


علم الخزف

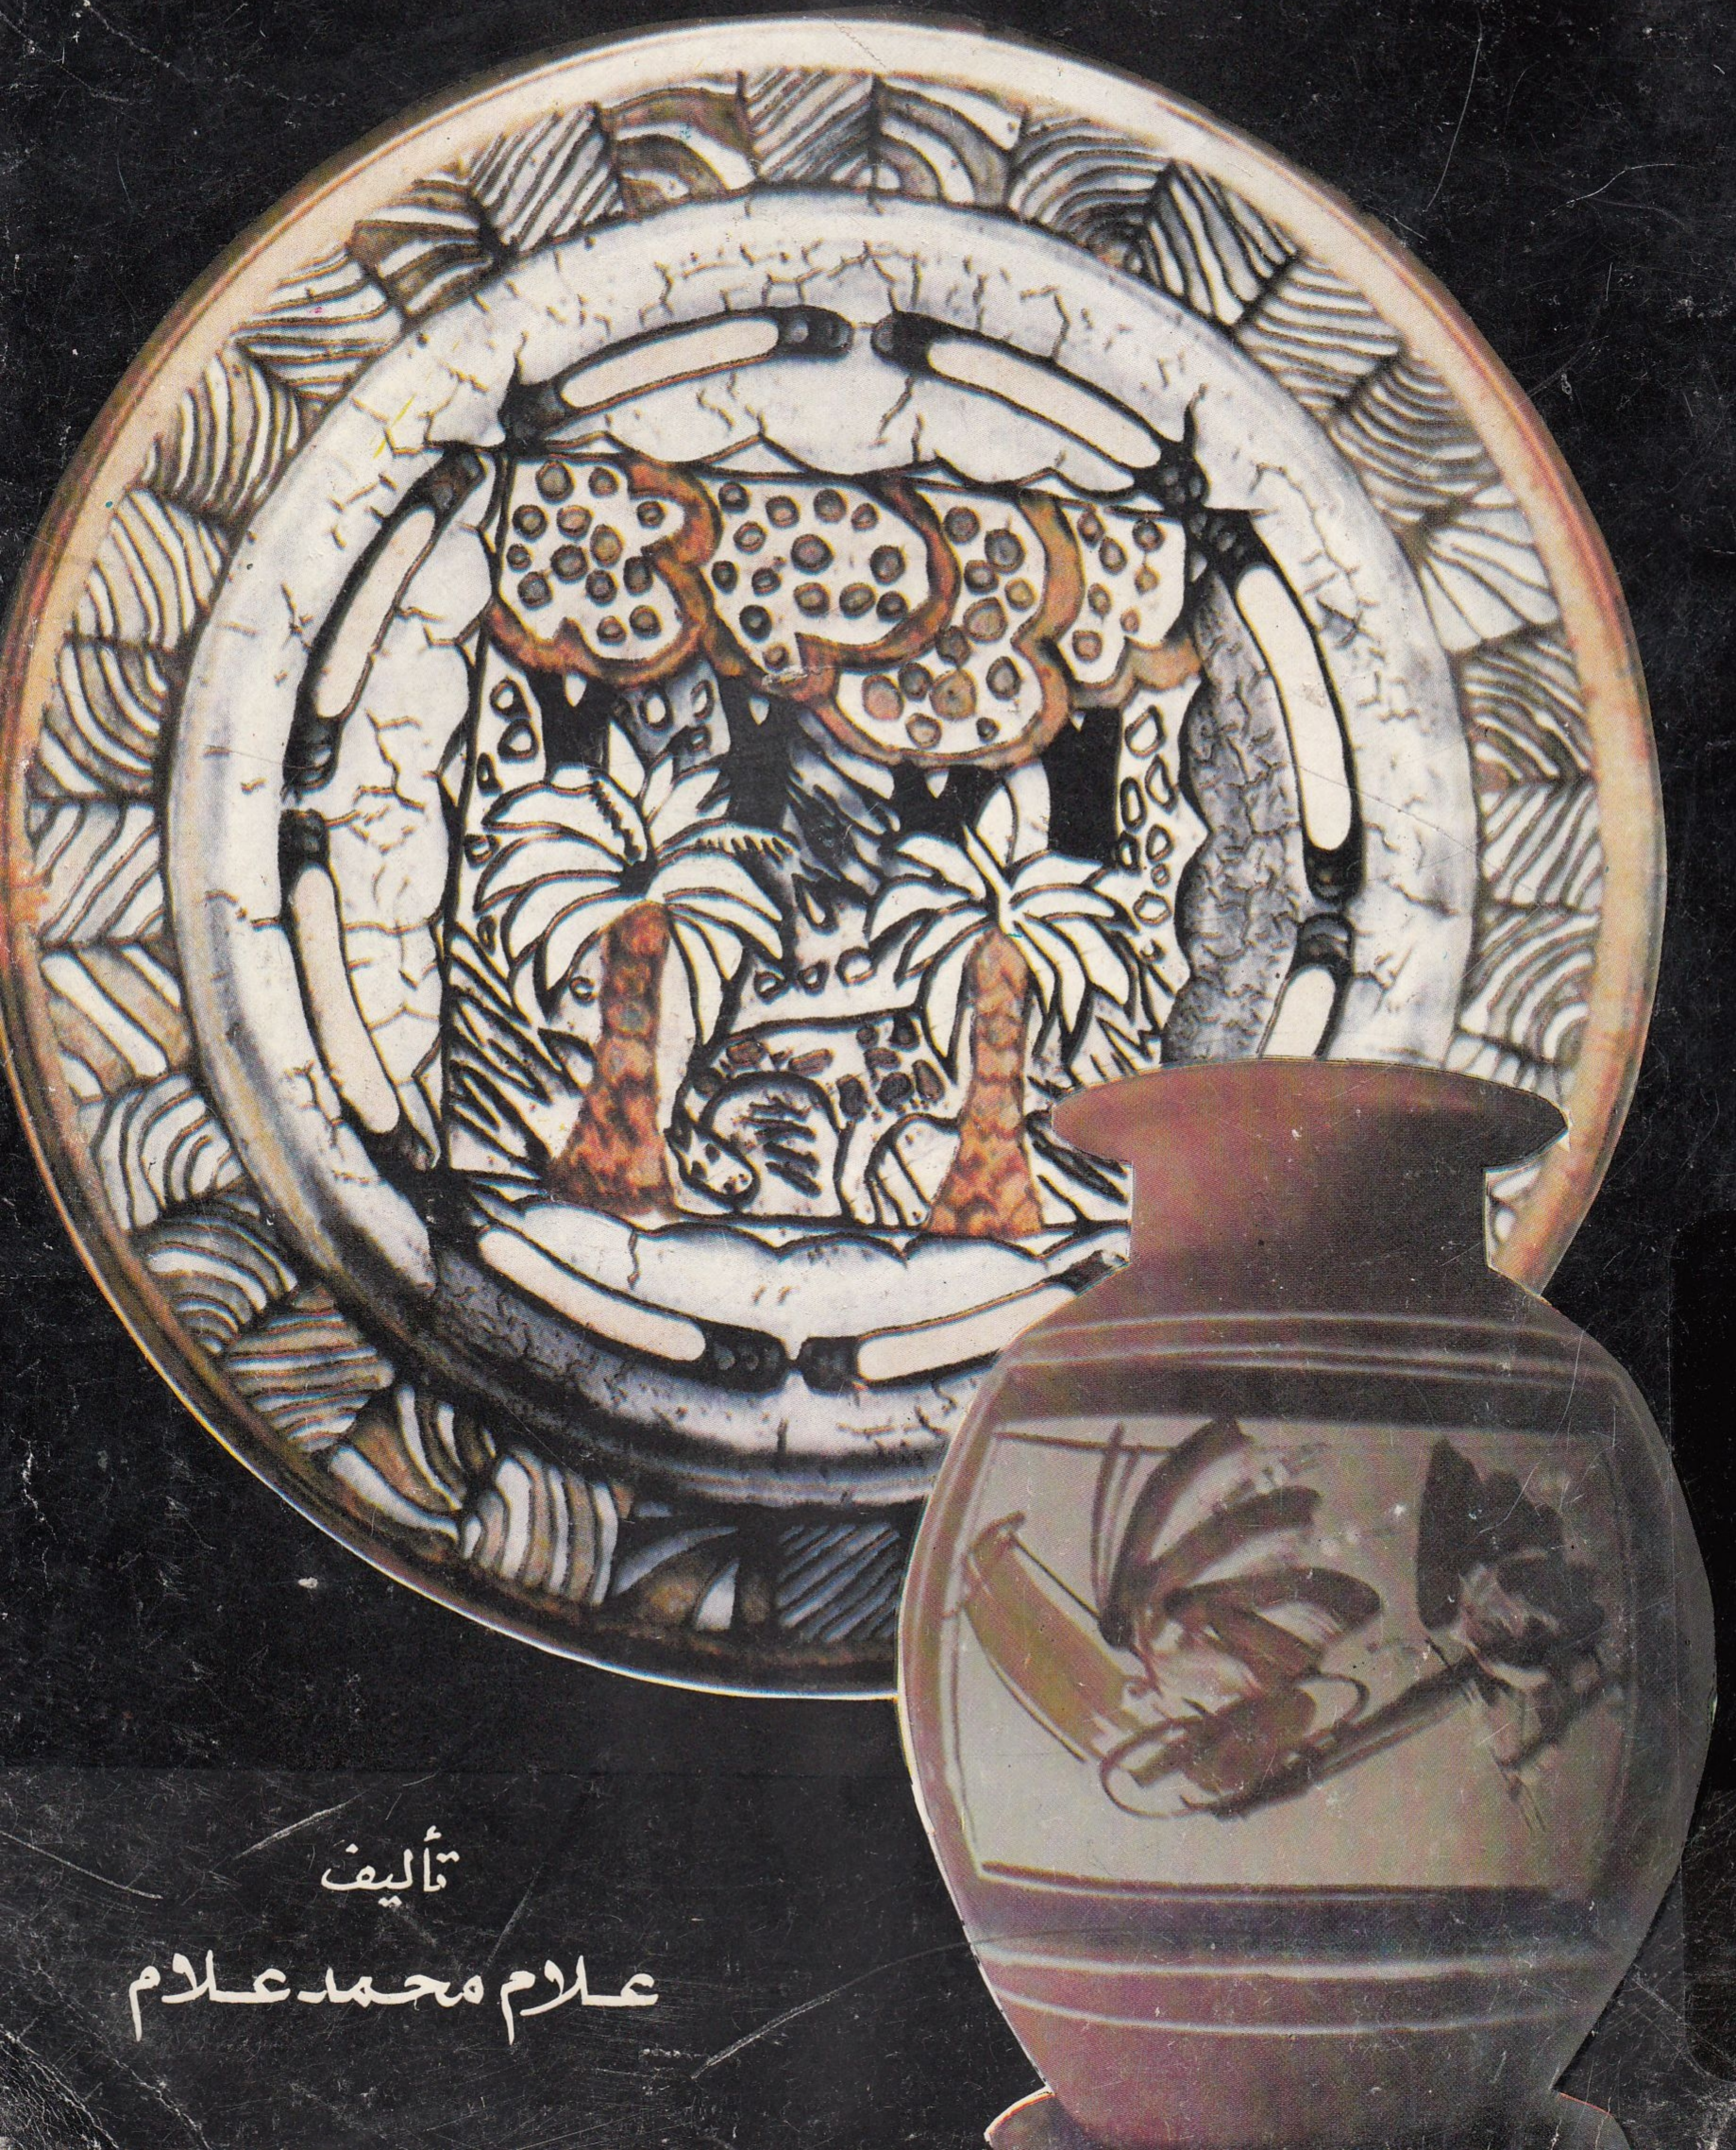

تأليف

علام محمد علام

الخرف

تأليف
علام محمد علام

الناشر
مكتبة الأبحاء والمصرية
١٦٥ ط محمد فريد

محتويات الكتاب

صفحة

١

مقدمة في الخزف : تعريفه ، تقسيمه ، تطوره

٣١ - ١٠١

الباب الأول : مواد الخزف الأولية

المواد الطينية :

معادن الطين : المعادن الكاولينية ، معادن سيليكات
الألومنيوم المائية غير المتبلورة (معادن الطينات) ، معادن
سيليكات الألومنيوم المائية المتبلورة (معادن أشباه الطين) ،
معادن الموليت .

صخور الطين : الطين الرخو ، الحجر الطيني ، الطفل ،
الطين البحري ، الركام الثلجي ، الكثبان الطينية ، الإردواز .

مساعداات الصهر :

معادن الفلسبار : تقسيمها ، خواصها انعامة ، الأورثوكليز
الأدولاريا ، الميكروكلين ، الصودا أورثوكليز الأليت ،
البرثيت ، معادن البلاجيوكليز ، الأنورثيت ، السلزريان ،
اللوسيت .

صخور الفلسبار : البجماتيت ، الأبلت : الجرانيت
المتحلل ، حجر الكورنيش ، اسبار اكسفورد ، اسبار
بكنجام ، اسبار جوودفراي ، حجر الخفاف .

معادن السيليكا : الكوارتز، التآصل البلوري لمعادن
السيليكا، التريديميت، الكرستوباليت، أنواع الكوارتز،
العقيق الأبيض ، العقيق اليماني ، العقيق الأحمر ، ألبسب ،
الزلط ، الأوبال .

الصخور اترملية : الرمال ، الحصى والجلاميد ، الحجر
الرملي ، الحجر الرملي النوبي ، حجر الخرسانة ، الكوارتزيت
الجايسريت ، الطينة الدياتومية ، الطرابلسي

الكربوليت

الفلورسبار

المواد الجيرية :

الحجر الجيري ، الطباشير ، الرخام ، المرمر ،
الدوميت ، الماجنيزيت ، الجبس ، المصيص

المواد الإضافية :

المواد الخشنة .

الطلق ، الاستياتيت ، حجر أوعية الطبخ ، الإردواز
الطافي ، صابونة الخياط .

سيليكات الصوديوم ، الزجاج المائي .

صودا الفسيل ، كربونات الصوديوم .

١٤٥ - ١٥٣

الباب الثاني - أصل الطين وتكوينه

نظرة في عامة الصخور النارية :

الجرانيت ، البازلت .

معادن السيليكات .

التركيب الكيميائي والمعدني للصخور النارية .

تحلل الصخور النارية :

التعرية ، التحلل الكيميائي ، العوامل التي بتوقف

عابها التحلل الكيميائي، نواتج التحلل.

عمليات الكولنة :

أمثلة لكولنة معادن الصخور النارية : الأورثوكليز

البلاجيوكليز ، الأوليجوكليز ، البيوتيت ، الجرانيت ،

معادن الصخور القاعدية، معادن البيروكسين والأمفيبول،

الأوليفين ، عملية الترتنة .

الباب الثالث : تقسيم الطين وأنواعه

الصخور ذات الكولنة الجزئية .

الكاولينات :

حجر الكاولين ، الطين الصيني (الكاولين)

(الإنجليزية) الكاولين السيليسي ، الكاولين الحرارى .

الطينات :

طينات ذات خواص حرارية عالية : الطينة البيضاء ،

الطينة اللازقة (الطينة الكروية) الطينة الزلزالية الحرارية ،

الطينة الرابطة الحرارية ، مواد حرارية ألومينية .

طينات ذات خواص حرارية متوسطة ، الطينة الحديدية .

طينة سهلة الانصهار : الطينة السيليسية ، الطينة الجيرية

الطينة القلوية ، الحما (الطينة الكربونية) الطمى ، طمى

النيل ، التربة الزراعية ، الكشبان الطينية ، الركام التاجى .

أشباه الطين :

الطين البازلتى ، الطين البركانى ، الينتونيت .

جدول أقسام الطين وأنواعه :

الباب الرابع : تركيب اثنين وتكوينه المعدنى

التحليل الاستنتاجى لطين :

التحليل الكيمى لطين :

أمثلة لنواتج تحليل بعض أنواع الكاولينات
والطينات وأشباه الطين .

حساب التكوين المعدني للطين من نواتج التحليل
الكيميائي .

فوائد التحليل الكيميائي للطين :

درجة النقاء .

وجود المواد العضوية .

وجود الكبريت .

وجود الأملاح القابلة للذوبان، مصادرها ، أنواعها ،

وتأثيراتها ، قابلية ذوبانها ، طرق التخلص من تأثيراتها

الضارة .

زيادة نسبة مكونات الطين : ماء الارتباط ، السيليكا

الجير .

استنتاج بعض خواص الطين : الحرارية ، اللون

بعد التسوية .

مسائل :

العلاقة بين أبعاد الأجسام ومساحة سطحها .

المعامل السطحي القياسي لمادة .

علاقة المعامل السطحي القياسي بخواص الطين ومنتجاته .

زيادة مساحة السطوح بالطحن .

حساب متوسط قطر الجسيمات .

معامل النعومة .

نعومة الطين .

مسائل .

٢٥٣ - ٢٩٠

الباب السادس : الخاصة الغروية

تعريفها ، أنواع حالاتها ، المحلول الغروي وأنواع
المحاليل الأخرى ، سوائل وسط الانتشار ، أنواع الدقائق .
الخواص العامة للمحاليل الغروية : ضوئية ، حركية ،
كهربية ، كيميائية .

تحضير المحاليل الغروية : طرق التفتيت ، الميكانيكية ،
الموجات فوق السمعية . كهربائية ، العوامل المجزئة (ألبتنة)
طرق التكثيف ، الاختزال ، الأكسدة والتميو : التبادل
المزدوج .

تنقية المحاليل الغروية : الفصل الغشائي ، الفصل الغشائي
تحت تأثير قوة رافعة كهربائية ، الترشيح تحت ضغط عال .

الفرويات الحافظة :

حالات ترسيب المحاليل الفروية : قاعدة وقانون
الترسيب ، عوامل الترسيب ، تطبيقات عملية .

غروية الطين :

مكونات الطين الغروية : السيليكات ، الألومينا ،
والسيليكات ، أكاسيد الحديد .

نوع غروية الطين .

سوائل وسط انتشار دقائق الطين .

العوامل المؤثرة في غروية الطين : ميكانيكية ، كيميائية ،
الزمن ، الحرارة ، البكتيريا والمواد العضوية .

الطين الصابوني .

٢٩١ — ٢٢٨

الباب السابع : لازبية الطين

الفرق بين اللازبية واللدونة والمرونة واللزوجة .

تفسير اللازبية :

نظرية الجذب الجزيئي : الجذب الجزيئي بين جسيمات
عجائن الطين .

نظرية التوتر السطحي : علاقتها بالجذب الجزيئي في
تكوين لازبية الطين ، حساب قوة تماسك الطين اللازب

من قوة التوتر السطحي لفضاء الماء ، الضغط الناشئ عن
ادمصاص سطح صلب لسائل الحرارة الناتجة عند ادمصاص،
الاختيار عند ادمصاص، ادمصاص المواد الصلبة للمواد المذابة.
فعل المواد العضوية والبكتيريا بلازمية الطين . فعلها
بمعجان الترشيح .

تأثير التقادم في لازمية الأجسام الطينية.

لازمية الطين على ضوء نظريات تفسيرها .

درجة إنسهاك الطين

ماء اللازمية .

درجات اللازمية .

قياس لازمية الطين :

(الطرق المباشرة : التشغيل اليدوي ، الحبل المثنى ،

الضغط الآلي ، تشويه كرة الطين ، طريقة بنجام وجرين ،

مقياس اللازمية لإميلي .

تقدير لازمية الطين بالطرق غير المباشرة :

ماء اللازمية، رقم اللازمية لأتريبرج، ماء ادمصاص،

لزوجة عجائن الطين ، غروية الطين .

مسائل .

ملحقات الكتاب

صفحة

٣٣١

مشاهير علماء الخزف

٣٢٧

القيم القياسية لثقوب المناخل

٣٤٠

أجوبة المسائل

٣٤٩

قاموس المصطلحات

٤٠٣

مكتبة الخزف

٤١٣

قائمة أسماء المعادن والصخور

٤٢٥

قائمة أسماء المؤلفين وصفحات ورودها

٤٢٩

الكشاف .

مقدمة

الخزف

تعريفه ، تقسيمه ، تطوره

الخزف هو منتجات المواد الطينية بعد تشكيلها وتسويتها .

وصناعة الخزف فن قديم قدم الأزل بدأها الصانع المبدع في خلقه من الطين اللزب^(١) وفي خلقه الإنسان من سلاله هذا الطين^(٢) .

معنى كلمتي الخزف والفخار :

الخزف في اللغة لفظ يطلق على الجرار وما شابهها . أما الفخار فلفظ يطلق أصلا على كل ضعيف سفيك ، وقد استعمل للدلالة على المشغولات الطينية النسوة الضعيفة البنية .

وتعبر كلمة « سيراميك » الفرنسية بمعناها الخلق عن كل تنويعات الإنتاج

(١) القرآن الكريم : صافات ، ١١ .

(٢) القرآن الكريم : المؤمنون ، ١٢ ، والدجدة ، ٧ .

المصنوع من المواد الطينية المسواة سواء كانت متزججة أو غير متزججة . ويرجع أصل الكلمة إلى اللفظ الإغريقي « كيراموس » والمتبع للفظ مجده بين ألقاظ اللغة « السانسكريتية » إحدى اللغات الهندية القديمة . وحقوى اللفظ فى تلك اللغة هو المسوى من المواد الطينية .

وتعبى كمة « تاو » فى اللغة الصينية عن الخزف ، وقد فسر الخراف « منج تشانج لنج » معنى الكمة^(١) . وذكرا أنها من أوائل الكلمات فى اللغة الصينية القديمة التى تفتحت عليها أسمع أهل الصين فى عصورهم الأولى . وقد أرجع الخراف الكمة إلى مقاطع ثلاثة يعبر كل منها عن أحد مكونات الفخار وصناعته ، وذلك كما يتضح من الكتابة الصينية ، التى معناها طين الفخار ، كهف ، جبل ، فخار ، على الترتيب . ويستدل من ذلك على أن الفخار كان يصنع عند قدماء الصينيين من الطين الذى يسوى بعد تشكيله فى كهوف عند سفوح الجبال ، الأما كن المناسبة فى تلك الأوقات للبكرة من الصناعة ، لإقامة القمان التى استعملت فى تسوية مشغولات الفخار ، التى كانت تسمى فى اللغة الصينية « ياو » وتشارك هذه الكمة مع كمة تاو فى مقطع « سبب » أى الكهف ، وتتكون من ذلك المقطع مع المقطعين « بو » أى النار « ويانج » أى النعم ، وذلك كما فى كتابة اللفظ باللغة الصينية وظاهر من مقاطع كمة « ياو » قمين تسوية الفخار استعمال النار أسفل الكهف . أما النعم التى تتوسط بين الكهف والنار فأمرها يحيطه النعموض والإبهام ، فربما كانت توضع قربانا لإله النار عندهم لضمان اشتعالها ،

(١) منج تشانج لنج : معنى كمة « تاو » الصينية . مجلة المختار من الخرف الإنجليزية . طبعة ما وراء البحار ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، أبريل ١٩٥٠ .

أو كانت توضع قدية عن قرابين بشرية كانت تقدم لإله النار من قبل ابتغاء مرضاته للحصول على إنتاج جيد من بعض المشغولات الممتازة . وللاصينيين القدماء أسطورة تروى بينهم في ذلك .

التعريف الشامل للخزف :

وجدنا أن كلمة خزف وما يقابلها في اللغات الأخرى قد وضعت منذ القدم للدلالة على منتجات المواد الطينية للسواة . وإن تكن تلك المنتجات في الزمن القديم من مشغولات الفخار ، إلا أن تلك الألفاظ ظلت تعبر عن كل ما يستحدث من مشغولات المواد الطينية للسواة .

وقد استقرت لجنة جمعية الخزف الأمريكية على تعريف الخزف بأنه المشغولات المصنوعة من المواد الطينية اللازبة أو التي تكتسب خاصية اللازبية بالمعالجة الحرارية لبعض المواد الأرضية غير العضوية ، والتي تكتسب صفات المتانة والصلادة في تمام مراحل صناعتها .

تقسيم الخزف :

أضاف تعريف لجنة جمعية الخزف الأمريكية السابق على المعنى القديم للخزف مشغولات المواد الطينية المخلفة مثل الجير والنصيص والأسمنت . وعلى ذلك تقسم المنتجات الخزفية على ضوء ذلك التعريف إلى قسمين رئيسيين ، هما :

١ — المنتجات الخزفية الطينية .

٢ — المنتجات الخزفية المخلفة .

المنتجات الخزفية الطينية :

وهي المنتجات المصنوعة من تشكيل عجائن الطين ثم معالجتها حرارياً في عمليات التسوية لتكتسب صفات المتانة والصلادة.

وتنقسم المنتجات الخزفية الطينية حسب بنية أجسامها إلى ثلاثة أقسام، هي :

(١) الفخار :

ويسمى أيضاً الخزف السامى ، وهو منتجات الخزف الطينى ذات البنية المسامية اللينة ، والفخار خفيف الكثافة ذو طابع طينى معتم . ويصنع الفخار من طينات ثانوية . وتسرى مشغولاته في درجات حرارة منخفضة نوعاً ، تتراوح بين ٧٠٠ - ٩٦٠ م .

ويتنوع الفخار إلى ثلاثة أنواع هي :

١ - الفخار الأحمر : وهو أقل أنواع الفخار جودة ، ويشمل المشغولات الرخيصة السمكة الجدار العالية للمسامية . وهو ذو لون أحمر أو بنى . يصنع من الطينات السهلة الانصهار أو المتوسطة الانصهار مثل التربة الزراعية والطينات القلوية . وتسوى مشغولاته في درجات حرارة منخفضة عن درجات حرارة تسوية باقى أنواع الفخار . ولا تظلى معظم مشغولاته بطبقات ترجييج ، ويصنع من الفخار الأحمر المنتجات الشعبية الرخيصة من قلدور وزلع وأزيار ومواجير وأوانى طعام رخيصة وبرايخ ومواسير وطوب بناء وتريعات .

٢ - الفخار العادى : وهو فخار يتدرج في لونه من الكريم والأصفر

تنبهت إلى الأحمر الخزفي . وهو ذو صفات متوسطة بين الفخار الأحمر والفخار الأبيض من حيث المسامية والمتانة وسماك الجدار والكثافة . ويصنع من طينات ثانوية متوسطة الانصهار كالطينات الحديدية والجيرية وتسوى مشغولاته في درجات حرارة متوسطة بين درجات حرارة تسوية النوعين الآخرين من الفخار . ولا تظلي غالبية مشغولات هذا النوع من الفخار بطبقات التزجيج ، وما يظلي منها يستعمل له خلطات بسيطة رخيصة تتكون من أكسيد الرصاص والكاولين ، ومنه ما يتزجج بالتمليح ، ومن منتجات الفخار العادي القليل وأصص الزرع .

وتعتبر الميورقة^(١) من أنواع الفخار العادي . وهي مشغولات من فخار رمادي اللون أو محمر تظلي بطبقة من تزجيج معتم يحتوي على أكسيد القصدير . وأدخل صناعة مشغولات الميورقة العرب المهاجرون من الأندلس إلى جزيرة ميورقة غرب البحر الأبيض المتوسط ، ثم نقلت عنهم الصناعة إلى إيطاليا مع تحريف في الاسم الأصلي للجزيرة .

٣ - الفخار الأبيض : وهو أرق أنواع الفخار ، يفوق في جودته الفخار الحجري والفخار الأبيض قليل المسام ، أبيض اللون ، أمتن أنواع الفخار وأقلها كثافة وأرقها في سمك الجدار . ويصنع من طينة ثانوية بيضاء عالية الانصهار . وتسوى مشغولاته في أعلى درجات حرارة تسوية الفخار . وتظلي مشغولاته بطبقات تزجيج شفافة .

وأشهر أنواع الفخار الأبيض الفيانس الأبيض أو البندق وهو الرسم

(١) وهو الاسم الصحيح لمشغولات المسماة خطأ بالماجوليكاس ، ص ٢٧ من كتاب روزنتال :
الفخار والخزف ١٩٥٢ .

الفرنسي للفخار الأبيض الرقيق اللطيف بطبقات تزجيج شفافة ، صنع في فرنسا منذ القرن الثاني عشر ، وسمى كذلك بالنسبة لمدينة « فاينسا » في إيطاليا أصل صناعته .

(ب) الخرزف الحجري : وهو الخرزف الحجري أو الخرزف الزلطي خرف

ذو بنية معتمة تكاد تكون صماء ، متين متوسط الصلادة ، مكسره ناعم لامع . وهو في خواصه وجودته وسط بين الفخار والخرزف غير المسامي ، القسم الثالث من الخرزف الطيني ، إلا أنه يعتبر أقل جودة من أنواع الفخار الأبيض . ويتراوح لون الخرزف الحجري من الأبيض إلى الرمادي أو من الأصفر إلى البني . ويقاوم الخرزف الحجري فعل الكيماويات ، كما أن له قدرة احتمال كبيرة على مقاومة التغيرات الجوية . ويصنع الخرزف الحجري من طينات ثانوية حرارية خالية من الجير ، وقد يحتوي بعضها على نسبة من القلويات ، وتستوى مشغولاته في درجات حرارة تتراوح بين ١٠٠٠ — ١٢٠٠°م وتطلى المنتجات بطبقات تزجيج شفافة أو معتمة .

وأشهر أنواع الخرزف الحجري هي الأبيض واللون والكيماوي . ومن أهم منتجاته أوعية وأدوات المعامل الكيماوية وأنايب التكثيف وأنايب ومجاري نقل السوائل الأكلة وأوعية حفظ الكيماويات ، كما تصنع منه قناني المياه المعدنية وعاب الحلوى والزهرات وأوعية الطبخ والمواسير والأدوات الصحية .

(ج) الخرزف غير المسامي :

وهو أرق أنواع الخرزف ، بنيته صماء ذات شفافية جزئية ، ويمتاز برينته وعلو صلادته وكبر كثافته .

ويصنع الخزف غير المسامي من الكاولينات (الطين الأولى) مع الفلسبار كساعد صهر . وتسوى مشغولاته في درجات حرارة عالية تتراوح بين ١٢٠٠م - ١٤٥٠م . وتطلى بطبقات تزجيج مختلفة الأنواع .

وأشهر أنواع الخزف غير المسامي الصيني وتصنع منه أواني الطعام ، ويمتاز بعدم وجود فاصل بين الجسم وطبقة تزجيجه ، وتستخدم هذه الخاصية في تمييز مشغولات الصيني عن سائر أنواع الخزف الأخرى من مكسرها . وللصيني متانة وصلادة ورنين أعلى منها في الخزف العادي ، كما أن له مقاومة عالية لفعل الحرارة والكهرباء والكيمائيات .

أنواع منتجات الخزف الطيني :

تقسم منتجات الخزف الطيني من حيث أغراض استعمالها إلى الأنواع الآتية .

١ - مواد البناء الخزفية :

وهي المنتجات المستعملة بصفة عامة في أعمال البناء . وتصنع على هيئة وحدات ذات أشكال هندسية منتظمة تجمع عند الاستعمال بواسطة ملاط لاصق مناسب لتكوين وحدة كبيرة مرتبطة متماسكة الأجزاء ، وتصنع هذه المنتجات من الفخار والخزف الحجري ، وتشمل أنواع الطوب والتريعات المختلفة والمواسير والأدوات الصحية ، وكذلك مشغولات الفخار الأحمر المستعملة في البناء

٢ - الحراريات :

وهي منتجات خزفية تقاوم فعل درجات الحرارة العالية دون أن تكسر

أو تنفذ نتيجة التغيرات الحرارية المفاجئة أو من تكرار عمليات التسخين مما يجعلها مناسبة للاستعمالات النارية كبناء الأفران والمواقد والغلايات وأماكن النار . كما تصنع منها أدوات الرص وحواظف النورية وبواتق الصهر .

وتصنع الحراريات من أنواع الطين الحراري في العادة ، كما تصنع من مواد أرضية غير عضوية أخرى ذات خواص حرارية ، وذلك مثل معادن الماغنيزيت والكوارتز والزركون والكروميت والبواكيت ، كذلك تصنع مواد حرارية خاصة كالجير والزركونيا والجرافيت والكرييدات في إنتاج بعض أنواع الحراريات . ومن الحراريات ما يصنع من بعض الفلزات والسبائك ذات درجات الانصهار العالية كالبلاتين والإيريديوم .

٣ — المواد العازلة :

وهي نوعان ، هما :

(أ) عوازل حرارية : وهي منتجات خزفية تقاوم فعل وتوصيل الحرارة . تصنع من حجر الديانوم (الكيساجور) وحده أو مخلوطا مع الطين المسكس مع مواد إضافية أخرى مناسبة . ومن العوازل الحرارية ما يصنع من الإسبتوس

(ب) عوازل كهربائية : وهي منتجات خزفية ذات مقاومة كهربائية عالية وتصنع هذه العوازل من بورسيلان ذي تكوين خاص يمتاز بشدة المتانة وضعف التوصيل الكهربائي . ومن هذه المنتجات الأدوات والأجهزة الكهربائية كالمفاتيح والبرايز والفيشبات وقواعد الحمل ومسامير الارتكاز .

وهذه منتجات خزفية تأخذ أشكالها النهائية في عمليات تشكيل عجائن طيناتها قبل عمليات تسويتها وتشمل الأوعية الخزفية .

(ا) الأواني والأدوات المنزلية، وتصنع من جميع أقسام الخزف، وذلك مثل أواني الطعام وأوعية الطبخ كالأناجر والأبرمة والطواجن واللبانات وأباريق وفناجين الشاي .

(ب) الأوعية والأدوات الكيميائية : وتصنع من الخزف الحجري والبورسيلان لما تمتاز به من مقاومة لفعل الكيماويات ، وتستعمل منتجات هذا النوع في المعامل وللصانع الكيماوية وفي تخزين وتعبئة المواد الكيماوية .

(ح) قطع الخزف الفني: وتصنع من جميع أنواع الطين . وتتوقف قيمتها الفنية على رقة التصميم واختيار اللون وجمال الزخرف والشكل .

المنتجات الخزفية المخلقة :

وهي المنتجات المصنوعة من مواد أرضية غير الطين، تعالج حراريا لتكون مواد مخلقة ذات عجائن لازية قابلة للتشكيل ، وتكتسب متانتها وصلادتها نتيجة لتغير طبيعي كافي المواد الزجاجية ، أو لتحول كيميائي كافي المواد الأسمنتية والجير والمصيص .

وتنقسم منتجات الخزف المخلق حسب مكوناتها وطرق تصليدها إلى قسمين ، هما :

١ — المنتجات الزجاجية .

المنتجات الزجاجية :

الزجاج مادة مخلقة ذات تركيب سيليسي معقد؛ وللزجاج خاصية اللازمية الحرارية تجعله قابلاً للتشكيل وهو ساخن في درجة ليوته ، وعندما يبرد تبريداً سريعاً في عمليات التخمير يتصلب إلى جسم ذي بنية غير متبلورة متجانسة متماسكة تعرف بالبنية الزجاجية . وتنتج تلك البنية من تحول الجسم من حالة السيولة الساخنة إلى حالة الصلابة الباردة على هيئة محلول متجمد لعدة سيليكات بسرعة لاتسمح بتكوين البلورات لارتفاع لزوجة السائل عند تبريده .

ويصنع الزجاج من خلطات مساحيق الرمل النقي مع مقادير أنواع مختلفة من مساعدات الصهر ، كالمركبات القلوية أو القلوية أرضية أو الرصاصية أو البوراكسية . وتحتوى الخلطات بجانب ذلك على نسب بسيطة من الألومينا وغيرها من مواد تضاف لإكساب الناتج مزايا خاصة . وفي الصناعة تصهر الخلطات السابقة صهراً تاماً ويتم فيه تفاعل المكونات وتخليق مادة الزجاج .

والمشغولات الزجاجية أجسام صلبة صماء هشة سهلة الكسر ، ذات مكسر محارى . والزجاج مادة شفافة صافية عديمة اللون . ومن الزجاج ما هو معتم ، ومنه ما هو ملون وذلك حسب ما يضاف إلى خلطات تكوينه من مواد عتامة أو مواد تلوين ، وصلادة الزجاج فوق المتوسطة، وهو رديء التوصيل للحرارة والكهربائية، يقاوم فعل الكيماويات إلى حد كبير، ولكنه أقل احتمالاً للتغيرات الحرارية من منتجات الخزف الطيني .

وتنقسم المنتجات الزجاجية حسب أغراض استعمالها إلى ثلاثة أقسام، هي :

١ — الأوعية والأدوات الزجاجية :

وتشمل الأدوات والأواني الزجاجية المنزلية وألواح زجاج النوافذ والقناني والمصابيح الزجاجية والزجاج الضوئي من عدسات ومنشورات ضوئية .

٢ — مواد الزجاج والمينا والأحجار الصناعية والفسيفساء :

وتتكون هذه المواد من سيليكات معقدة التركيب تشبه تركيب مواد الأوعية الزجاجية مع زيادة في نسبة الألومينا . وتستخدم هذه المواد في طلاء سطح مشغولات الخزف الطيني ، وتستخدم المينا في كساء سطح المشغولات الفلزية لوقايتها وزخرفتها ، ومن هذه المواد ما يشكل على هيئة حبات صغيرة تلون أو تترك عديمة اللون شفافة لتستعمل في رسم لوحات الفسيفساء ، ومن تلك المواد ما يشكل في أشكال هندسية تستعمل كأحجار صناعية .

٣ — السيليكا الزجاجية :

تصنع السيليكا الزجاجية أو « الفثريوسيل » من صهر الرمال النقية داخل أفران كهربائية ، وتشكل وهي ساخنة لازبة ، وتتجمد إلى بنية زجاجية . وتمتاز منتجات السيليكا الزجاجية بتحملها لدرجات الحرارة العالية وتغيراتها الفجائية بجانب الخواص العامة للزجاج . ومنتجات السيليكا الزجاجية إما شفافة عديمة اللون وإما ذات شفافية جزئية وإما معتمة لبنية اللون .

وتستعمل السيليكا الزجاجية لما لها من خواص حرارية عالية في صناعة

الأدوات الحرارية في المعامل ، وفي أغلفة مقاييس درجات الحرارة العالية مثل
البيرومترات ، وفي أنابيب ترمومترات درجات الحرارة العالية .

المنتجات الأسمنتية :

المواد الأسمنتية مواد مخلقة ذات تركيب جيري أو من سيليكات ألومينات
الجير . وتصنع هذه المواد من المعالجة الحرارية للمواد الجيرية وحدها أو مخلطة
من الطين والرمل لتتحد المكونات لتخليق المادة الأسمنتية . وعجائن المواد
الأسمنتية في الماء لها خاصية اللازبية التي تجعلها قابلة للتشكيل ، وتكتسب
هذه المواد متانتها وصلادتها نتيجة لتحول كيميائي يحدث في تركيبها .

وتتفاوت بنية الأجسام الأسمنتية من حجرية صماء شديدة التماسك إلى
مسامية هشة ، وجميعها معتمة ذات مكسر طيني ، وأكثر ماتستعمل فيه المواد
الأسمنتية أعمال البناء والتشكيل . وتشمل المواد الأسمنتية الأنواع الآتية :

(١) الأسمنت :


وتتركب مادة الأسمنت بصفة عامة من سيليكات ألومينات الجير المعقدة .
ومن أشهر أنواع الأسمنت :

١ - أسمنت بورتلاند : ويصنع من تسخين مخلوط من المواد الجيرية
والطين المحتوي على أكسيد الحديد عادة ، وذلك بنسب معينة تقرب من جزء
واحد من السيليكات والألومينا مع ما يحتويه من أكسيد الحديد وجزأين من
الجير . ويتكون بعد التسخين إلى درجة حرارة عالية حصى يعرف باسم
« كلنكر » يتركب من سيليكات الكالسيوم والألومنيوم والحديد المعقدة .

ويطحن الكلنكر إلى مسحوق شديد النعومة ثم يضاف إليه مقدار ضئيل من الجبس بنسبة لا تزيد على ٢ ٪ .

ويكتسب مسحوق الأسمنت خاصية اللازمية عند عجنه بالماء . ويتجمد نتيجة اتحادها به ، مكونا مركبات مائية معقدة شديدة التماسك . وتفسر عملية التجمد بالتفاعلات الآتية :

يتفاعل الماء مع سيليكات ثلاثي الكالسيوم مكونا من سيليكات أحادي الكالسيوم المائية وإيدروكسيد الكالسيوم $2\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} + \text{SiO}_2$ (كا) من $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} + \text{SiO}_2$ ثم يتحد إيدروكسيد الكالسيوم مع ألومينات الكالسيوم في وجود الماء مكونا ألومينات الكالسيوم القاعدية نائية :

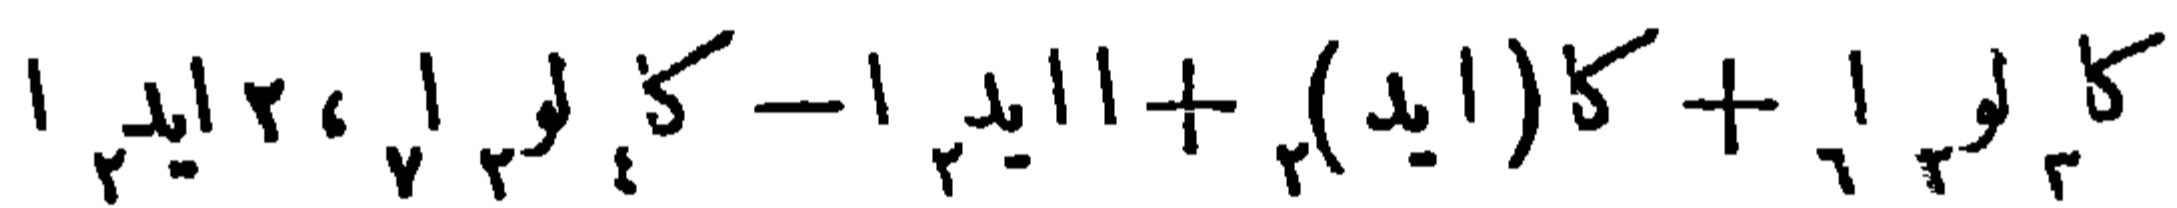

ويبدأ تجمد الأسمنت في التفاعل الأول ويتم التجمد ويحدث التماسك في التفاعل الثاني الذي يستغرق إتمامه نحو ستة شهور من بدء العملية .

ويستعمل أسمنت بورتلاند كحلاط وفي البناء وأعمال الصب والبلاط والطوب الأسمتي ، وكذلك المزوقات « موازيكو » على اختلاف أنواعها ، وفي عمل الأحجار الصناعية ، كما تصنع منه أنواع المواسير وقنوات التوصيل . ويصنع نوع من الطوب يشبه في تركيبه تركيب الأسمنت البورتلاندي يعرف باسم القراميد يستخدم في البناء وخاصة في بناء وجهات المباني .

٢ - الأسمنت المائي : ويسمى أيضاً الأسمنت الماغنيسيومي . ويصنع

تكليس المجنيزيت أو الدولوميت أو الشباب المرجانية البيضاء مع الطين. ويضاف إلى الناتج كلوريد الماغنيسيوم التي تتعد بالماء في أثناء العجن منتجة مادة اكسي كلوريد الماغنيسيوم ، أو يضاف إليه أكسيد الخارصين مع كلوريد الخارصين وذلك لرفع لاذية العجائن . وللأسمنت للمائي خواص أسمنت بورتلاندا إلا أنه أسرع منه تجمدا ، لذلك فهو يفضل في الاستعمالات الإنشائية تحت الماء - ويكثر استعمال هذا الأسمنت في أمريكا إلا أن هذا الأسمنت أقل متانة من أسمنت بورتلاندا .

٣ - الأسمنت الأبيض : وهو أسمنت بورتلاندا خالي من مركبات الحديد ، تختار خاماته من المواد الخالية من تلك المركبات . ويستعمل الأسمنت الأبيض في أغراض الزخرفة وفي عمل الأحجار الصناعية .

٤ - أسمنت بوتشيلان : أو الأسمنت الروماني ويتكون من خلط الجير مع مسحوق صخور بركانية سيليسية توجد أصلا في بوتشلي في إيطاليا قرب نابلي ، كما توجد في أرخبيل اليونان وفي أندرناخ على نهر الرين في ألمانيا . كذلك توجد مثل هذه الصخور على شواطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقية عند العريش وغزة حيث تعرف باسم حجر الخفاف . وتركب هذه الصخور من سيليكات سهلة التحال . وهذا النوع من الأسمنت بطيء في تجمده لكنه عندما يتجمد يكون جسا صلباً شديد المتانة .

٥ - الأسمنت الحديدي : ويسمى أيضاً أسمنت خبث أفران الفتح ، إذ يصنع من خبث الحديد الفنى بالألومينا والسيليكات بعد خلطه بالحجر الجيري وتسخين الخليط في درجة حرارة عالية . والأسمنت الحديدي نوع من أسمنت

بور تلابد وهو كثير الاستعمال في صناعة المزوقات والأوعية الكيماوية لمقاومته
لفعل الأحماض والكيماويات .

٦ - أسمنت الأسنان : ويتكون من مخلوط من أكسيد الخارصين أو
بعض السيليكات مع حامض الأورثوفوسفوريك ، ويستعمل في طب الأسنان .

٧ - الأسمنت الحراري : وهو نوع من الأسمنت له خواص حرارية ،
يصلح للاستعمال في الأغراض الحرارية ، ويدخل في تركيبه الاسبتوس .

(ب) الجير :

ينتج الجير من تسخين الحجر الجيري داخل قنّان في درجة حرارة ٨٠٠° م
والناج هو الجير الحى الذى يتحول عند خلطه بالماء في عملية الإطفاء إلى جير
مطفاً من إيدروكسيد الكالسيوم على هيئة مسحوق في إبعاد جسيمات المواد
للطينية ، ويكون الجير المطفاً مع الماء عجينة لازبة لها قدرة التشكيل والالتصاق
ويستعمل الجير في الدهان ، ويختلط مع الرمل لعمل الملاط الجيرى . وتتجمد
عجينة الجير إلى جسم صلب هش مسامى معتم ، وذلك بإتحاده بثانى أكسيد
الكربون الموجود في الجو متحولاً إلى كربونات الكالسيوم .

ومن أنواع المشغولات الجيرية ما يضاف إلى معاجينها الشحم للحصول على
أجسام أشد تماسكا ومقاومة لفعل الرطوبة بكبريتات الكالسيوم .

والمصيص مسحوق طينى يكون مع الماء عجينة لازبة قابلة للتشكيل وتتجمد
« تشك » في وقت وجيز نتيجة أتحاد مادة المصيص بالماء مكوناً كبريتات
الكالسيوم المائية ، وهذه أقل ذوبانا في الماء من المصيص ، فتترسب على

هيئة بلورات صغيرة متصلة في شبك تمتلي ثقبها بياقي العجينة منتجة جسما صلبا مساميا هش البنية .

ويضاف إلى عجائن المصيص مواد تعطل من سرعة تجمده ، ومن هذه المواد المعطلة الغراء والأصماغ والكحول ومسحوق نشارة الخشب . كذلك يضاف إليه محاليل الشب أو البورق لتزيد من صلادة أجسامه ولتقلل من مساميتها . ويعرف المصيص المضاف إليه الغراء باسم « شتكو » كما قد يعالج سطح أجسام المصيص بعد تكوينها لغرض وقايتها وزخرفتها بدهنها أو تغطيتها بطبقة شمعية أو رشها بماء الباريوتا « محلول إيدروكسيد الباريوم » لتكوين سطح صلد أصم لا يعلق به الأوساخ والأتربة ويقبل الفسيل ، كذلك يمكن تلوين المصيص بملونات تقاوم فعل القلويات أو بإضافة محلول كبريتات الحديدوز « كوبراس » إلى عجينته ، وتلون المادة الأخيرة سطح الجسم بلون أحمر فينيسي بعد جفاف الجسم ، وذلك لتأكسد المركب .

ويستعمل المصيص في أعمال الصب والتشكيل السريع وفي طلاء الجدران بعد خلطه بالجير ، كما يستعمل في لحام الزجاج والأواني الفلزية .

التطور العلمى فى صناعة الخزف :

مضى على صناعة الخزف حيناً من الدهر قدره علماء الأنثروبولوجيا بنحو خمسة عشر ألفاً من السنين، وإن كان قد بلغ الخزف فى ذلك الحين ذروته الفنية إلا أنه لم يتقدم من الناحية الصناعية رغم قدم عهده ، تقدم الصناعات الأخرى التى هى أحدث منه. ويرجع السبب فى عدم تقدم صناعة الخزف إلى عدم كفاية وماصرة البحوث العلمية وذلك لاحتياجات الصناعة فى نواحي الكيمياء

والطبيعة والجيولوجيا والرياضة تلك العلوم المتعلقة بالخزف . لذلك استمرت صناعة الخزف بدائية منتظرة حتى أواخر القرن الثامن عشر عند ما قامت البحوث في الكيمياء الفروية والمحاليل المعلقة واللازبية وقابلية التشكيل ، وعند ما درست ظروف انصهار السيليكات ، وعند ما عني علماء الكيمياء والطبيعة بدراسة طبيعة الجسيمات والأغشية والقطيرات ، وعند ما استقرت معرفة التفاعلات الحرارية في درجات الحرارة المرتفعة ، وصار لكيمياء السيليكات طريق خاص بها ، وعند ما درست عوامل الصهر إلى غير ذلك من الموضوعات الأساسية التي تقوم عليها الصناعات الخزفية . وإلى أن خرجت نتائج تلك البحوث من خبايا الأسرار ومعامل الاحتكار منطلقة إلى مجالات البحوث العلمية العامة ليتداولها كل من يعنى بأمر الخزف وصناعته ، عندئذ لمس الخرافون نظريات بنية الأجسام الخزفية وخواص المواد اللازبية غير المتجانسة . كذلك قامت معامل البحوث في ألمانيا ومعمل الجيولوجيا الطبيعية بواشنطن بوضع مقاييس دقيقة لتقدر درجات الحرارة العالية . وشاركت جمعية الخزف الأمريكية في وضع مواصفات مستقرة للمواد الأولية . وقد وصلت تلك البحوث إلى مستويات تطبيقية مفيدة لصناعة الخزف قبل سنتي ١٩٢١-١٩٢٢ كما تقدمت البحوث في محيط الخزف الطيني ذي البنيات الزجاجية منذ أوائل القرن الحالي .

وصاحب التقدم العلمي اختراع الآلات الميكانيكية التي حلت محل الأيدي العاملة في إنجاز الإنتاج والعمل على زيادته ، وشمل استعمال القوى الميكانيكية نواحي النقل والتعبئة والتشغيل وعمليات التسوية . كذلك استخدمت الآلات الميكانيكية في أعمال تمدين وطحن وتجهيز المواد الأولية . كل ذلك كان له أثره الطيب في رفع المستوى الاقتصادي للصناعات الخزفية بما وفر نمواً من ٤٠-٧٠٪ من تكاليف الإنتاج الصناعي عن ذي قبل . وانتشرت الهيئات

المعنية ببحوث الخزف وصناعته في جميع أنحاء العالم ، فخصت لها الأقسام
الدراسية في الجامعات والمعاهد ، وأسست الأكاديميات العلمية ، وأنشئت
محطات ومراكز البحوث والتجارب ، وقامت الجمعيات العلمية والشركات
الصناعية والاتحادات الصناعية والتجارية والمصالح الحكومية ، وعقدت
المؤتمرات العلمية الدولية وأقيمت المعارض ، كل في مطبوعات دورية أو شبه
دورية ما بين تطورات وتقارير وجرائد وخطط ورسائل وكتب ومجلات
ومذكرات ونشرات . كذلك قامت البحوث الفردية الخاصة التي تسجل في
سجلات رسمية . وعم تأليف الكتب في نواحي الخزف المختلفة .

كل ذلك عمل على ازدهار الخزف وصناعته حتى أصبح من الصناعات
العالمية الثالثة أو الرابعة في الترتيب . وعمت منتجات الخزف نواحي الحياة
الضرورية والكفالية في كل زمان ومكان ، فعمرت المصنوعات الخزفية حياة
الإنسان تزوده وتسد احتياجاته في المباني والإنشاءات والأوعية والأدوات
المنزلية والزخرفية حتى أصبح لا يكاد جزء من مسكننا مثلاً يخلو من قطعة خزفية
ما بين لبنة في الجدار إلى آنية للطعام أو تحفة موضوعة على منضدة البهو ، كذلك
أصبح الخزف من الضروريات الأساسية في الصناعات ، فمن حراريات وعوازل
إلى مكثفات وأوعية وأدوات للمعامل والمصانع .

وأخيراً طرق الخزف بعد عشرات القرون فجر عصر جديد من عصور
العلم وهو عصر الذرة ، فقد ساهمت المشغولات الخزفية في هذه الناحية من
التطور العلمي في حل كثير من المشكلات في سبيل استغلال الطاقة النووية كما
في صناعة النظائر المشعة والعناصر الخفيفة وغيرها من طرق استغلال تلك الطاقة
الجبارة في السلم والحرب على السواء .

تطور صناعة الخزف في مصر :

قطعت صناعة الخزف في مصر منذ فجر التاريخ وتعرعت وازدهرت في عهد قدماء المصريين وأيام حكم الفاطميين والمماليك ، وأخذت طريقها التقدمي في العصر الحديث .

الخزف في عهد قدماء المصريين :

ترك المصريون القدماء نقوشاً تشير إلى العمليات الرئيسية لصناعة الخزف عندهم . وقد اكتشفت تلك الرسوم على لوحات داخل مقابر مدينة طيبة ، وفيها تشير العملية الأولى إلى ذهن الطينة بالأقدام ، وتشير العملية الأخيرة إلى إخراج الألوان من القمائن .

العمليات التي تنطبق على عمليات صناعة الفخار .

واستخدام قدماء المصريين في صناعة خزفهم طينات رمادية وطينات تميل إلى الاصفرار ، وكانوا يطلون بعض المشغولات بطبقات من الترجيل الأزرق والأخضر مع رسم زخارف عليها باللون الأسود على شكل خطوط منكسرة في أغلب الأنواع . ولم يصل التشكيل في منتجاتهم الخزفية رقة الانسياب والرشاقة المطلوبة ، كذلك إتصفت زخارفهم بالغلظة . وكانت مدينة كانوب (أبو قير الآن) مركزاً مشهوراً لصناعة نوع خاص من الفخار المسامي كان يستعمل في ترشيح مياه النيل .

ويمتاز عصر رمسيس الثاني أحد فراعنة مصر بإتقان وجودة صناعة الخزف ، فصنعت في عهده الجرار والقصور والأوعية من الفخار الأحمر والأبيض على

السواء . واستخدم نوع من المينا البيضاء لتزجيج بعض المشغولات . وقد بلغت بعض القطع درجة عظيمة من الروعة والإتقان . والمصريون القدماء أول من استعمل اللبن (الطوب الني) في البناء لسهولة تشكيله من طين الوادي .

كذلك عرف قدماء المصريين الزجاج وصنعه منذ نحو اثني عشر ألفاً من السنين قبل الميلاد كما يستدل على ذلك مما عثر عليه في مقابرهم من خرز ملون كانت تصنع منه العقود ، وما تركوه من نقوش على بعض آثارهم تمثل صناعة الزجاج . وأخذت صناعة الزجاج عندهم في التطور والتقدم خلال حكم الأسر المتتابة حتى توصلوا إلى صناعة القطع الزجاجية الملونة بألوان .

الخزف الإسلامي في عصر الفاطميين والماليك (١) :

يعتبر عصر الفاطميين في مصر عصرأ ذهبياً للخزف وسائر الفنون التشكيلية عامة . ويرجع ذلك إلى ما تجتمعت لهؤلاء الحكام من العناصر الفنية المحلية والاتصالات الخارجية عن طرق التجارة التي كانت الإسكندرية في ذلك الوقت مركزاً لها بين الشرق والبلاد الأوربية ، هذا إلى ما جنته البلاد من أرباح وأموال طائلة من وراء تلك التجارة . كذلك ساعد على قيام الفن وازدهاره ما سار عليه حكام الفاطميين — فيما عدا الحاكم بأمره — من سياسة التسامح مع الشعب وإغداق النعم والأموال عليه .

وقد كانت القسطنطينية (مصر القديمة وفم الخليج وأبو السعود الآن) عاصمة

(١) المراجع : تقى الدين المقرئزي .

البلاد لإبان الحكم الإسلامي ، مقرأ لصناعة الخزف . وما هو مشاهد الآن من
فواخير وقمائن في تلك المناطق إن هو إلا آثار صناعة الخزف خلال تلك العصور
المجيدة .

وقد برع الصناع العرب أيام الحكم الفاطمي في صناعة الخزف ، والتوصل
إلى إستحداث كثير من أنواعه الراقية ، كذلك أتقنوا تشكيله وزخرفته .
وقد شهد لهم في ذلك مسيو « ماكس هيرز » أحد أعضاء لجنة حفظ الآثار
العربية ١٨٩٥ ، وما أحرزته قطعهم من حسن تقدير عند الأوربيين ، وما جاء
في وصف الرحالة الفارسي ناصري خسرو عن دقة ورقة منتجاتهم . كذلك
وجدت توقيعات الصناع والفنانين خلف كثير من تلك القطع ، الأمر الذي لم
يكن متعباً من قبل والذي يوحى بما بلغ إليه هؤلاء من شعور بالمسئولية ،
وما وصلوا إليه من عزة وثقة بأعمالهم .

وقد صنع المصريون في عصور الفاطميين والمماليك من أنواع الخزف
المنتجات الآتية :

(١) منتجات الفخار من أوان عامة وتريعات القيشاني وبراميل لحفظ
وعرض أصناف البقالة .

(٢) منتجات الخزف الحجري من أوعية الطبخ من أبرمة وأناجر وطواجن .

(٣) منتجات من الصيني كالأواني والصحاف والأباريق والتارد المحمولة

على ثلاث أرجل وقاطرة مرة^(١) .

(١) قاطرة ميره (وهو الاسم الأقرب إلى الصفة) ، وهو وعاء عميق ذو غطاء ،
مزخرف بصورة بارزة ، يسع نحو سبعة عشر رطلا .

(٤) كئوس الباهز^(١) للشراب . ومن خاصة الباهز أن لون الشراب فيه فيه يتغير إذا كان مسموماً ببعض السم .

(٥) القطع الفنية من تماثيل وصحاف وأوعية منقوشة وسادة على شكل حيوان وطير وذات أرجل تشبه أرجل الحيوان ، وما زال بعض تلك التحف محفوظة في متاحف الفن الإسلامي ودار الآثار العربية بالقاهرة ، وفي متاحف وأديرة وكنائس أوروبا وأمريكا . واستعملت التزيينات والزخارف الغالية والثمينة من الذهب والفضة في تزيين تلك النقوش ، كما استعملوا التبريق الفلزي والألوان الفرحية التي يتغير لونها تبعاً لوضعها ، كذلك استعملت المينا في توشية الصحون .

(٦) ازدهرت الصناعات الزجاجية في مصر أثناء حكم الفاطميين ، وكانت منتجاتهم منها على درجة فنية رفيعة ، إلا أن مادة الزجاج كانت مشوبة ببعض العيوب الصناعية كوجود الفقاع داخل أجسام المشغولات . وما زالت بعض أما كن القاهرة المعز تحمل اسم هذه الصناعة مثل « درب القزازين » بحى الجمالية . ومن منتجات العصر الزجاجية :

(١) الكئوس الذى أطلق عايتها طراز القديسة « هروبيج » وأقداح الشراب التى كانت تستعمل فى ملء شراب الفقاع^(٢) ، والبواطى^(٣) ، والحرارير^(٤) التى منها ما يحمل اسم الخليفة الفاطمى العزيز بالله ولا يزال محفوظ أحدها فى

(١) الباهز لفظ فارسى معناه نائق السم .

(٢) الفقاع نوع من شراب البيرة كان منتشرًا بين المصريين فى العصور الوسطى .

(٣) الباطنية إناء زجاجى يعلأ بالشراب ويوضع وسط الشارين يفتنون منه .

(٤) الحرارير يريق له عنق ضيق يزداد جسمه اتساعاً نحو قاعدته .

كاتدرائية سان مارك بالبيندقية ، ومن إنتاجهم في هذه الأوعية الكيزان
المصنوعة من البلور .

(ب) الخرز الملون والدمالج الزجاجية الملونة .

(ج) المشاكي والقتاديل والقناني وكلها ذات زخارف من طير ونبات
وخطوط من الكوفي والنسخ وزخارف متنوعة .

(د) لوحات مرسومة بالزجاج الملون الملحوم بالمصيص ، ومن تلك اللوحات
القميرية ذات زهور القرنفل الموجودة في مسجد الأشرف بالقاهرة .

(هـ) الفسيفساء ، وقد برعوا في استخدامها في زخرفة شتى الأماكن .

٧ - صنع المصيص (الجص) واستعمل في الطلاء والزخرفة وفي لحام
الزجاج الملون من المزوقات .

الخزف المصرى فى العصر الحديث :

لم يكن لصناعة الخزف فى مصر خلال العصور الحديثة نشاط يذكر أو
إنتاج ملحوظ . وكل ما بذل من مجهودات فردية فى هذه الصناعة لم يكن
على أساس علمى مما جعلها غير مجدبة فاشلة فى معظم نواحيها . وانحصرت هذه
الصناعة فى إنتاج القلل والأصص والجرار والقذور فى بضع فواخير بجوار جامع
عمرو بن العاص بمصر القديمة ، وفى حى أبو السعود قامت على أنقاض صناعات خزفية
عظيمة أيام الفاطميين والمماليك ، كما كانت فواخير أخرى متفرقة فى الريف
تنتج الجرار وما شابهها بنفس خامات وطرق قدماء المصريين . وتلاشت صناعة
الخزف المتزجج إلا من بضع سلاطين خضراء بسيطة تستخدم فى بعض صناعات

الأغذية كان ينتجها مصنع الزبدانى بقم الخليج ومصنع المعلم حسنين البهنساوى بجوار جامع عمرو .

ثم أقام « جونسون باشا » مدير الورش الأميرية ببولاق مصنعا للخزف الراقى فى قم الخليج ، وكان بالمصنع ستة أفران أحدها خاص بالتمليح . واستخدم المصنع الطينة الأسوانى فى صناعة منتجات من زلع مغربى ومواجير خضراء وبراميل متزججة ومواسير متزججة بطريقة التمليح ، كما أنتج المصنع تزيينات القيشانى . ولم يستمر المصنع فى إنتاجه بل أزيل عن بكرة أبيه .

ومن مصانع الخزف التى أنشئت فى بدء العصور الحديثة فى مصر مصنع الخواجة « ماتيو » أحد تجار الخزف الإسكندرانى^(١) وكان ذلك فى بلدة طرة ، واستعان ماتيو بخزاف فرنسى يدعى « كوتيه » الذى أحضر خزافين يونانيين للعمل بالمصنع تتلمذ عليهم عمال مصريون لم يلبثوا أن خبروا الحرفة من اليونانيين وتفوقوا عليهم فى جودة وكمية الإنتاج مع انخفاض أجورهم ففضلهم صاحب المصنع عن اليونانيين الذين استغنى عنهم . واستخدم المصنع طينة من المنطقة وخالطها ببعض من الطينة الأسوانى والطينة التبينى وطى النيل . واستخدم المصنع خلطات تزجيج مكونة من المرتك الذهبى (أكسيد الرصاص الأصفر) والزلط المكاس مع نحو ٥ ٪ من الطينة الأسوانى تعمل كمادة رابطة ، وتعتبر تلك الخلطة من خلطات التزجيج الجيدة ذات التكوين العلمى الصحيح . وأسس الخواجة « لامبومارانجاكس » ، وكان شريكا لماتيو فى مصنع طرة

(١) هو خزف يونانى مستورد الى الإسكندرية التى كانت مركزا لتجارته فى البلاد ، ومن ثم أخذ اسمها .

السابق ثم انفصل عنه ، مصنعاً خاصاً به في روض الفرج باسم مصنع « مارانجاكس وزيريفوس » وبعد المصنع من مصانع الدرجة الثانية لمصانع الخزف المصرية . وأنتج المصنع الطوب الحرارى والمواسير والأواني الشعبية مع قطع فنية من الخزف المسامى على طراز عربى من النوع ذى اللبطنتين استخدم فى زخرفته طرق الكشط وبعض الملونات .

الشركة العامة لإنتاج الحراريات والفخار :

(مصنع سورناجا سابقاً) أنشأ مسيو سورناجا مصنعه بالوادي مركز الصف بمحافظة الجيزة ؛ وقد مر المصنع بتجارب كثيرة مختلفة فى كثير من فروع هذه الصناعة . وكانت فترة الحرب العالمية الثانية مجالاً مفيداً لتلك التجارب وخاصة بعد انقطاع ورود منتجات الخزف الأجنبية . وقد كلت كثير من التجارب التى قام بها المصنع بالنجاح . واستخدم المصنع الطينة الأسوانى العامة والمفروزة فى صناعة منتجاته الراقية . واستخدم خلطات تزجيج رصاصية ذات لون عاجى وكانت تكون من إضافة نوع من الطينة الأسوانى المعروفة باسم « الطينة اللازقة » مع مادة البورق . إلا أن طبقات التزجيج الناتجة لم تكن طويلة الاحتمال . كذلك امتازت منتجات المصنع بدقة التشكيل ومهارة التنفيذ ومن أهم منتجات المصنع أنواع الطوب وتريعات الأرضيات وتريعات القيشانى المزخرف والتزجيج والمواسير ، والأدوات الصحية والعوازل الكهربائية ، كما أنتج أطباق الطعام ذات الجودة الصناعية الكبيرة ، كذلك أخرج زهريات الزينة وأنواعاً من الطوب الحرارى :

مصنع سيجوراب

ويقوم بمخط حلوان لإنتاج المواسير والأعمدة الأسمنتية والعوازل الحرارية

من الاسبستوس الأسمنتى ، ومواسير المجارى من الفخار المزجج والطوب
الحرارى .

مصنع الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى :

وهو إحدى شركات البناء والحراريات أسسته حكومة الثورة فى
٢٣/٧/٥٥ ، وبدأ فى إنتاجه ١٩٥٩ فى ناحية مسطرد . والمصنع مؤسس على
أحدث نظم صناعة الخزف العالمية . ويستخدم المصنع الخامات المحلية من رمال
وكاولين سيناء . وينتج حالياً نحو ٤٠٠٠ طن فى السنة من أدوات صحية
وأدوات منزلية وتريعات من القيشانى الأبيض والملون . وبالمصنع قسم راقٍ
خاص بزخرفة الخزف ، ويعمل به ما يزيد على ٨٠٠ ما بين عامل وموظف
من الجنسين .

صناعة الزجاج فى مصر الحديثة :

مرت صناعة الزجاج بمراحل الإهمال شأنها فى ذلك شأن صناعة الخزف
الطينى بل شأن سائر الصناعات الأخرى . وكان إنشاء أول مصنع للزجاج فى
أيام الحاكم التركى محمد على ، وكان المصنع بالقرب من مدينة الإسكندرية
(محطة معمل القزاز) ثم أنشئ ١٨٨٥ مصنع آخر فى حى راعب باشا بسكندرية ،
ومصنع ثالث ١٨٩٥ فى حى باب سدره من المدينة ، وكان مصير المصانع الثلاثة
النشل والقضاء عليها فى طور تكوينها بسبب منافسة البضائع الأجنبية .

ثم ظهرت بضعة مصانع صغيرة فى بعض أحياء القاهرة كانت تنتج الأدوات
الزجاجية البسيطة كصابيح البترول ومداخنها ودوارق الماء والقناديل وبعض
الحلى الزجاجية ، وكان يستخدم كسر الزجاج فى صناعة تلك المشغولات .

وأخذت بعد ذلك صناعة الزجاج تنمو وتزدهر بفضل عناية الحكومة وتشجيعها وإقشاء المؤسسات الفنية لتغذيتها - فظهرت عدة مصانع للزجاج في مصر . وفي مقدمتها .

مصنع شركة النصر للزجاج البلورى (مصنع ياسين سابقاً) .

بدأ المصنع عمله في مارس ١٩٣٢ في شبرا الخيمة . وكانت با كورة إنتاجه الزجاج الشفاف الجيد . والمصنع مهياً بكامل المعدات والأقسام . ويعتبر في مصاف أرقى المصانع الأوربية . وكانت تستورد الرمال البيضاء اللازمة لصناعة الزجاج من بلجيكا في أول الأمر حتى اكتشفت حقول الرمال الصالحة في البلاد . أما يلزم الصناعة من حجز جيرى فيستخرج من جبال بلدة سمالوط من أعمال محافظة النيا . كذلك استغل المصنع مادة كربونات الصوديوم المستخرجة من وادى النطرون في صناعة الزجاج . واستعان المصنع في بدء إنتاجه بعلم فنيين من تشيكوسلوفا كيا حتى تمكن فريق من العمال المصريين من فهم الصناعة وخاصة عملية التشكيل بالنفخ اليدوى .

وينتج المصنع الآن شتى أنواع الأدوات الزجاجية الشفافة غير الملونة كالأقداح والأكواب والقوارير ومداخن مصابيح الكيروسين وأواني التقطير ودوارق العامل والمخاير وغيرها من أدوات علمية وطبية . وتستهلك البلاد معظم إنتاج المصنع ويصدر الفائض إلى الأقطار الشقيقة .

صناعة المواد الأسمنتية في مصر الحديثة .

تقوم صناعة حرق الأحجار الجيرية والجبس لإنتاج الجير والمصيص منذ

القدم . وكانت تجرى عمليات الحريق في قناتن بدائية تشاهد بكثرة في جبل المقطم وغيره من أماكن . وقد تقدمت هذه الصناعة في البلاد وأدخل استعمال القناتن والأفران المستمرة المستعمل فيها للآزوت كمادة وقود ، مما خفض تكاليف الإنتاج كثيراً مع تحسينه . ومن أهم البلاد المنتجة للمصيص والجير «فايد والبلاخ» على قناة السويس .

أما الأسمنت ، فقد بدأت صناعته في مصر ١٩٠٠ وكان ذلك في بلدة المعصرة ، ثم تعددت مصانع الأسمنت في القاهرة والإسكندرية حتى أصبح في البلاد أحد عشر فرنًا ينتج أجود أنواع الأسمنت بمقدار سنوي يصل إلى مليونين من الأطنان ما بين أسمنت بورتلاندى عادى وسريع التصلب والمقاوم لفعل مياه البحر وأسمنت حرارى وأسمنت حديدى . وتستغل الخامات المحلية من حجر جيزى وطين وجبس التى تستخرج من الحاجر المجاورة للمصانع ، كذلك استغل خبث الحديد الناتج من صهر الحديد في أفران اللفح العالى في مصانع الحديد والصلب في حلوان في صناعة الأسمنت الحديدى .

المهيات الفنية والعلمية المعنية بصناعة الخزف في مصر :

أنشأت وزارة التربية والتعليم (وزارة المعارف سابقاً) ١٩٢٩ قسماً للدراسة صناعة الخزف الطينى في مدرسة الفنون التطبيقية، وعينت له إخصائياً ألمانياً في فن الخزف ، ثم نقل القسم إلى مدرسة الصناعات الخزفية ١٩٣٦ ، واكتفى بتدريس المادة في المدرسة السابقة كمادة تابعة لقسم الخزفة ، ألغى القسم نهائياً ١٩٤٥ ، وأعيد إنشاء القسم في كلية الفنون التطبيقية بعد ذلك . كذلك أنشئ

قسم للبحوث العلمية والتطبيقية لمواد صناعة الخزف في المركز القومي للبحوث في الدقي ، ويطلق على القسم اسم وحدة الحرارية ومواد البناء .

وفي ١٩٣١ أنشئ قسم خاص بالزجاج في وزارة التجارة والصناعة (مصلحة الصناعة وقتئذ) للبحث في كل ما يختص بصناعة الزجاج في مصر ، ثم أنشئ في ١٩٣٣ معهد الزجاج النموذجي بالعباسية لتنظيم صناعة الزجاج في مصر وتدريب المصريين عليها تدريباً عملياً منظماً وإجراء التجارب وإعطاء الإرشادات المفيدة للمعنيين بأمر تلك الصناعة . إلا أن ذلك المعهد لم يستمر طويلاً . إذ توقف عن قبول طلبة جدد في أثناء الحرب العالمية الثانية حيث كانت توجب أفرانه ومعداته للشركات والأفراد لعمل التجارب وتدريب العمال ، ثم أخذ المعهد في استعادة نشاطه الدراسي منذ ١٩٤٦ فقبل دفعات جديدة من التلاميذ لتعليمهم وتدريبهم على صناعة الأجهزة العلمية ودراسة فروع أخرى من الزجاج كالزجاج المعماري والحلى الزجاجية وغيرها ، ثم أنشئ قسم خاص بالزجاج في كلية الفنون التطبيقية ١٩٦١ بعد أن كان يدرس كأحد مواد قسم الخزفة من قبل .

الباب الأول

مواد الخزف الأولية

تشمل المواد الأولية التي تقوم عليها الصناعات الخزفية مواد ذات خواص لازية وحمول كيميائي . وجميع هذه المواد فيما عدا القليل منها من المواد الأرضية .

وتنقسم مواد الخزف الأولية من حيث وظيفتها في تكوين الجسم الخزفي إلى الأقسام الآتية :

(١) المواد الطينية ، وهي المواد الأساسية المكونة للأجسام الخزفية .

(٢) مساعدات الصهر .

(٣) المواد الجيرية .

(٤) مواد إضافية .

المواد الطينية

الطين في اللغة مادة الخلقة ، والصلصال اسم يطلق على العجينة التي يصنع

منها الخزف ، واشتق الاسم الفرنسي للطين من معنى اللزق والثبات خاصة

اللازبية التي تتميز بها عجائنه .

والمواد الطينية مواد أرضية غير عضوية على هيئة رواسب سائبة تتكون من جسيمات تقل أبعاد أجماعها عن ٥.٠ ر. من المليمتر ، ولا تتوقف على التركيب الكيميائي لمادة الرواسب .

والطين أحد تلك المواد الطينية وهو مركب من أحماض ألومينوسيليكات المعقدة المرتبطة بجزئيات من الماء^(١) . ويوجد الطين في الطبيعة على هيئة معادن وصخور .

معادن الطين

وهي تكوينات متجانسة من الألومينوسيليكات المرتبطة بالماء ، فيما عدا معدن الموليت اللامائي . وتنقسم معادن الطين حسب تركيبها الكيميائي وأصل تكوينها إلى أربعة أقسام ، هي :

(١) معادن كاولينية .

(٢) معادن ألومينوسيليكات المائية غير المتبلورة . وتسمى أيضاً معادن الطينات .

(٣) معدن ألومينوسيليكات المائية المتبلورة ، وتسمى أيضاً معادن أشباه الطين .

(٤) معادن الموليت .

(١) سيرل : المواد الحرارية ، ٤ ، ١١ ، ١٩٥٠ .

المعادن الكاولينية^(١) :

وهي معادن متبلورة في نظام أحادي الميل ، توجد في شكل رقائق عادة .
وهي ذات تركيب كيميائي محدود من ثنائي ألومينو سيليكات المرتبطة بجزيئين
من الماء في كل جزيء منها . ويرجع أصل تكوين تلك المعادن إلى تحلل فلسبار
الصخور النارية الحامضة . وهي المعادن المكونة للكاولينات . وأهم هذه
المعادن هي :

الكاولينت :

وهو معدن الطين النقي ، يتكون من ٤٦ر٥٪ سيليكات ، ٣٩ر٥٪ ألومينا ،
١٤٪ ماء .

خواص المعدن الطبيعي :

الكاولينت معدن ذو بلورات أحادية الميل ذات شكل معيني رقيق .
كما توجد منه بلورات أحادية الميل على شكل رقائق سداسية . كذلك توجد
البلورات على حالة كتل طينية متماسكة . والمعدن ساقي الضوئية عند فحصه
ميكروسكوبياً .

وبلورات المعدن هشة أو مسحوقة ، شفاقة أو ذات شفاقة جزئية ، لينة
تبلغ صلابتها من ٢ إلى ٢ر٥ من درجات الصلادة . ويبلغ ثقل المعدن النوعي
من ٢ر٦٠ إلى ٢ر٦٣ . وللبلورات بريق لؤلؤي ، أما الكتل فيقل بريقها

(١) دانا : علم المعادن ، ٦٨٠ - ٦٨١ ، ١٩٣٣ .

عن ، ذلك وقد تكون معتمة ، ولون المعدن أبيض أو مغبر وقد يكون مصفراً ، وفي بعض الحالات يكون ذا منسحة بنية أو زرقاء ، كما قد يكون لون المعدن محمراً . وللمعدن ملمس دهني .

خواص المعدن الحرارية :

يبدأ المعدن في قفد ماء ارتباطه عند تسخينه إلى درجة 110°C . ويتم قفده لجميع ماء الارتباط في درجة حرارة أعلى من 330°C . ولا ينصهر المعدن في هب البورى (حوالى 1300°C) وتبلغ درجة انصهاره 1850°C .

خواص المعدن الكيميائية :

يقاوم الكاولينيت فعل الكيمياويات ، إلا أنه يذوب عند استمرار تسخينه لمدة طويلة في حامض الكبريتيك المركز . ويعطى الكاولينيت كغيره من مواد الطين لوناً أزرق فيروزياً عند تسخينه مع محلول كوبالتى ، ويعرف اللون الناتج بأزرق تينار . ويمتص المعدن محاليل الأصباغ بسهولة بمكثباً خواص ضوئية ، وهذه خواص تميزه عن جميع معادن الطين الأخرى .

وجود المعدن :

يوجد الكاولينيت مع خامات الحديد في تكوينات الفحم ، كما يوجد في كثير من العروق الحاملة لخامات الفلزات ، وذلك كوجوده على هيئة بلورات في فجوات داخل عروق المرو ، ويوجد المعدن عادة مع معدنى الدياتبور والكورند .

صور الكاولينيت :

للمعدن صورتان متبلورتان مختلفتان عنه في الخواص الضوئية نتيجة لاختلاف توزيع الجزئيات داخل البلورات . كما توجد صورة ثالثة غير متبلورة للمعدن . وهذه الصور هي :

الناكريت :

ويختلف عن الكاولينيت في كونه موجب الضوئية في بعض أنواعه . ويوجد الناكريت قرب « فراي بيرج » في مقاطعة ساكسوني في ألمانيا .

الديكايت :

وهو صورة لمعدن الكاولينيت موجبة الضوئية في جميع أنواعها . وهو معدن متبلور يوجد في جزيرة « إنجليزى » بويلز ، وفي الجبال الحمراء قرب (أوراي) بولاية كولورادو .

الطينيت ^(١) :

وهو اسم أطلقه « ميلور » على مادة الكاولين غير المتبلورة . وللمعدن خواص غروية تكسب الكاولين خاصية اللازبية .

الكاولين المتبلور :

ويتكون من معدن الكاولينيت والناكريت والطينيت على هيئة

(١) سيل : مواد الحرارية ، ٢٧ ، ١٩٥٠

بلورات مسطحة تحتوي على دقائق رمالية دخيلة ، ويوجد المعدن على هيئة متكتلة ذات لون أبيض أو مزرق أو مخضر . والمعدن واسع الانتشار ، وأهمه مناطق وجوده هي « بوهيميا » في تشيكوسلوفاكيا قرب كارلسباد ، كما يوجد في ساكسوني قرب فراي بيرج وقرب (مايسين) وجنوب (ليموج) وفي فيينا العليا ، كذلك يوجد في فرنسا حيث توجد أجود أجود أنواع الكاولين في أوروبا ، وتصنع منه مشغولات بورسيلان السيفر للشهورة . كما توجد كميات كبيرة من الكاولين في (سانت أوستيل) وفي مناطق أخرى في مقاطعتي « كورنول » و « ديفونشير » بإنجلترا . ويوجد معدن الكاولين المتبلور في أمريكا في ولايات « بنسلفانيا » في تكاوين الفحم « وبرتسفيل » ويوجد قرب « ريتشموند » وفي ولاية « فيرجينيا » على هيئة مسحوق سائب في طبقة شاسعة الامتداد .

ويوجد المعدن التجاري في عدد من الولايات الجنوبية أهمها « جورجيا » و « كارولينا الجنوبية » .

ومن معدن الكاولين المتبلور ما يوجد قرب « الوشتا » بإقليم « كريميا » حيث يسمى معدن « الألوشيت » كذلك يوجد المعدن تحت اسم (تاكيزوليت) في تلال (يانوكامي) و (أومي) وكلها في بلاد اليابان .

الفوليريت :

وهو معدن يشبه الكاولينيت ، غير أن بعض نتائج تحاياله الكيميائي تشير إلى احتوائه على ١٥ ٪ من ماء الارتباط . ويوجد المعدن في مناجم الفحم بمقاطعة (ألييه) بفرنسا .

الميلوشيت :

وهو معدن كاوليني يحتوى على كميات متفاوتة من أكسيد الكروم تتراوح بين ٤ — ٩٪ تحمل محل بعض من ألومينا المعدن . وتبلغ صلادة المعدن ٢٥٥ ، وثقله النوعى ٢١٠٠ . والمعدن ذو لون أزرق نيلي فاتح أو أزرق مخضر فاتح ، ومنه ماهو ذو لون أخضر سيلاندينى . ويريق المعدن شمسى إلى معتم ويوجد المعدن فى «رودينيال» بالضرب ، كما يوجد فى «فولتيرا» و«توسكانى» بإيطاليا . كما وجد المعدن فى «إبلى» بولاية نيفارا .

الفوليكونسكويتة :

وهو معدن يشبه معدن الميلوشيت ، إلا أن مابه من أكسيد الكروم وما قد يوجد به من أكسيد الحديد يكون زائداً عن نسبة الألومينا المعتادة فى المعادن الكاولينية . ولون المعدن مزرق إلى أخضر زرقى . ويوجد معدن الفوليكونسكويتة فى الرواسب الطينية فى إقليم «أوكهانسك» بسبيريا .

الفاراتشيت :

يتركب المعدن من ألومينو سيليكات المائية مع إحلال أكسيد الحديد محل بعض ألومينا المعدن : يد١ (لو، ح) ٢ س٢ ١ أو (لو، ح) ٣٢ س٢ ٢٠ يد٢ ١ . ويقع تركيب المعدن وسطا بين تركيب معدنى الكاولينيت والكلوريال (يد١ ح٢ س٢ ١) .

ومعدن الفاراتشيت صعب الانصهار ، ولكنه يذوب فى حامض

الإيدوكوريك . والمعدن ذو لون أصفر فاتح . ويوجد المعدن في «ماراتشيو»
شرق جبل « أنكاراترا » بجزيرة مدغشقر .

معادن الألومينو سيليكات المائية غير المتبلورة (١) :

تتركب هذه المعادن من ثنائي ألومينو سيليكات المرتبطة بعدد من جزيئات
الماء يختلف عن عددها في المعادن الكاولينية ، وهي معادن غير متبلورة ذات
مظهر صيني . وهي نواتج ثانوية للمعادن الكاولينية توجد على هيئة عروق
أو طبقات رسوبية منقولة . وهي مكونات الطينات (الطين الثانوي أو المنقول)
وأشهر هذه المعادن هي :

الهولوسيت :

وهو مادة طينية تتركب من : لو_٢ ، أم_٢ ، ٢س_٢ ، ٢ يد_٢ ، ١ يد_٢ ، ١ :
وهو يشبه الكاولينيت غير المتبلور مع إحتوائه على نسبة أعلى من الماء
إذ يرتبط جزيء من الماء بجزيء المركب إرتباطاً ميكانيكياً ، ويفقد المعدن
ذلك الجزيء من الماء بسهولة مما يدعو إلى التفكير في أن المادة كاولين امتص
جزيء منه جزيئاً من الماء عن طريق الإرتباط الجألي في مجموعة أيدروكسيد الماء .

والهولوسيت مادة طينية ذات مكسر محاري ، ذات شفاقة جزئية إلى
ممتمة ، وقد تصبح شفاقة عند غمرها بالماء ويزيد وزن المادة عند وجودها في
الماء بمقدار خمسها . والمادة لينة تتراوح صلابتها بين ١-٢ ، ويبلغ ثقلها النوعي

(١) دانا : علم المعادن ، ٦٨١ - ٨٦٢ - ١٩٣٢ :

من ٢ إلى ٢٢ ، ذات بريق لؤلؤى أو شمعى كما قد تكون معتمة عديدة
البريق . ولون المادة أبيض ، مغبر ، مخضر ، مصفر مزرق أو محمر .

وتفقد المادة كل ماء ارتباطها عند التسخين ، ولا تنصهر في لهب البورى
وتحللها الأحماض ، ويعطى الهولويسيت لونا أزرق جميلا في اختبار تينار .

ويكثر وجود المعدن كنتاج ثانوى فى شكل عروق أو على هيئة طبقات
منقولة ، كما يوجد فى جيوب داخل الصخور النارية . ويكثر انتشار المعدن
فى أما كن متعددة بكميات صغيرة .

ومن أنواع الهولويسيت ما يوجد فى مدينة « انجلير » ببلجيكا تحت اسم
معدن جالا بكتيت ، ومن أنواع المعدن ما يسمى بالطلق الكاذب وهو هولويسيت
غير نقى ذو لون أخضر قاتم ، تبلغ صلابته ٢٢٥ وقلته النوعى ٢٤٦٩ .

الإنديانايت :

أو طينة البورسيلان الأبيض . يوجد فى ولاية « إنديانا » مع معدن
الألوفين فى طبقات يبلغ سمكها من ٤ - ١٠ أقدام .

السمكتيت :

وهو مادة مخضرة اللون تبدو شفافه وقد تصير هلامية عند رطوبتها . ويوجد
المعدن فى « كوزديه » قرب « هوران » بفرنسا . أو الطينة الكروية .

الطينة اللازقة أو الطينة الكروية :

وتتنسب هذه الطينة إلى معادن الألومينو سيليكات المائية غير المتبلورة ،

وهي نوع من الهولويسيت وخاصة ما يوجد منها في جبل الصابون (بيرج سيفه) بألمانيا .

التيرميارييت :

وهو مادة تشبه الطينات في نواح كثيرة، والمادة غير مؤكدة التركيب وتوجد في مناجم الأنتيمون في مقاطعة اللوار العليا بفرنسا .

معادن أشباه الطين^(١) :

وتسمى أيضاً معادن الألومينا سيليكات المائية المتبلورة . وتتركب من الألومينا والسليكا والماء بنسب جزيئية غير محدودة مختلفة عن نسب وجودها في المعادن الكاولينية . وقد نتجت هذه المعادن عن تحلل معادن الصخور النارية القاعدية مثل معادن البيروكسين والأمفيبول . وتحتوى بين مكوناتها على الماعنيسيوم والكالسيوم في العادة وعلى الحديد في أغلبها . وتكون هذه المعادن مواد أشباه الطين . وأهم هذه المعادن هي :

الباتشيوريت :

ويتركب من : لو_٢ام ، ٢س ام ، يد_٢ام (؟) والعدن ورقى البنية أخضر اللون يوجد في مناجم جبال « لييل » بآلمانيا .

الليفيريارييت :

ويتركب من الألومينو سيليكات المائية المتبلورة وبلوراته من النظام

(١) دانا : علم المعادن ، ٦٨٢ - ٦٨٤ - ١٩٣٢ .

الأحادي الميل توجد على هيئة تجمعات دودية . تبلغ صلابته ٥ر١ ، وثقله النوعي ٢ر٥ — ٢ر٦ ، عديم اللون أو في درجات لونية بنية . سالب الضوئية . صعب الانصهار في هب البوري ، ينتفخ عند تسخينه .

ويوجد الليفيريبيت في الصخور الشيستية في أماكن متعددة في فرنسا ، كما يوجد في ولاية « كولورادو » مختلطاً بالكوارتز وأكاسيد المنجنيز المتخللة شقوقه وثناياه .

الأنوكزيت :

يتركب المعدن من : لو٢ أم ، ٣ س أم ، ٢ يد٢ ا . وبلورات المعدن من النظام الأحادي الميل على هيئة مسطحات سداسية المحيط . تبلغ صلابته ٢ر٥ ، وثقله النوعي ٢ر٤ — ٢ر٥ ، أبيض اللون ، ذو بريق لؤلؤي . سالب الضوئية .

ويوجد الأنوكزيت في بلدة « بيلين » ببوهيميا كنتاج من تحلل معدني البيوتيت والأوجيت . كذلك يوجد المعدن على هيئة قشور في تكاوين الصخر الرملي في « أيون » بولاية كاليفورنيا تحت اسم معدن الأيونيت . ويعتقد أن الأنوكزيت واسع الانتشار بين اللوادر شبه الطينية .

البيديليت :

يتركب المعدن من : لو٢ أم ، ٣ س أم ، ٤ يد٢ ا . ومنه ما يحتوي على نسبة عالية من الحديد ، ويسمى هذا النوع بيديليت حديدي ، وبلورات للمعدن مسطحة رقيقة يحتمل أن تكون من النظام للعيني ، وتوجد البلورات

على هيئة كتل طينية مجوية . ولون المعدن أبيض محمر أو رمادي مائل إلى البني، ذو بريق شمعي إلى زجاجي . ويوجد المعدن في « بيديل » بولاية كولورادو .

الأليروسيت :

ويتركب المعدن من ألومينو سيليكات الحديد والحديدوز والمنجنيز وغيرها من الفلزات . ويوجد على هيئة متكتلة ، تبلغ صلابته ٢ ، وثقله النوعي ٢٫٢٨ ، ذو لون شيكولاتي قاتم ، ومخدش أصفر برتقالي إلى أصفر قاتم ، له بريق دهني . ينصهر في درجة حرارة ١٠٠٠ م . ويوجد المعدن في وادي نهر « شوتشور » بمنطقة « كراتشيف » بشمال القوقاز .

الكوتشيت :

يتركب المعدن من : ٢ لو ٣ م ، ٣ س ١ م ، ٥ يد ٣ ا (١) . بلوراته من النظام المكبي على شكل مكعبات مندمج فيها بلورات ذات ثمانية أوجه ، وقد توجد البلورات على هيئة مجموعات حبيبية دقيقة . ولون المعدن أبيض . ويوجد المعدن في « كوتش مورا » في إقليم « ريكو » باليابان .

الكيموليت :

يتركب المعدن من : ٢ لو ٣ م ، ٩ س ١ م ، ٦ يد ٣ ا (١) ويوجد المعدن على هيئة مسحوق متبلور أو طباشيري . ويحتمل أن يكون المعدن مخلوطاً من عدة معادن طينية ، والمعدن رخو جداً ، ثقله النوعي ٢٫١٨ - ٢٫٣٠ لونه أبيض ، مغبر أو محمر ، وينتج المعدن من تحلل معدن لأوجيت .

ويوجد الكيموليت في جزيرة « كيمولوس » وفي جزيرة « سكلاوس »
باليوتان ، ويسمى معدن الجزيرة الثانية أرجنتيرا أى الفضى . ويوجد المعدن
تحت اسم بيليكانيت في مدينة « كييف » بروسيا ، كما يوجد المعدن في جبل
« هراديست » قرب بيلين يوهيميا . وتوجد مواد مشابهة للمعدن في
النرويج و « مين » .

الموتيمور بليونيت :

يحتمل أن يكون تركيب المعدن من : (ما ، كا) ، لو ، ا ، ٥ س ، ا ،
ق يد ، أ ، حيث تتراوح قيمة « ن » بين ٥ إلى ٧ . ويشبه المعدن في ترتيب
جزئياته معدن الكولونيت . والمعدن رخو جداً ناعم طينى البنية ، يبلغ ثقله
النوعى ٢ ، ضعيف البريق ، ذو لون أبيض أو مغبر إلى أحمر وردى ومنه ما
هو مزرق أو أخضر فستقى ، وللمعدن ملمس دهنى واضح . وهو أحد نواتج
تحلل المعادن الألومينية البركانية .

ويوجد الموتيمور بليونيت قرب « ماكسكا - ميزو » برومانيا ، كما
يوجد في جبل « موريللو » بفرنسا وإليه يرجع اشتقاق اسم المعدن . كذلك
يوجد للمعدن تحت أسماء مختلفة في فيينا وغيرها من البلاد .

وينتمى معدن البنتونيت المنتشر في غرب أمريكا وكندا إلى معدن
الموتيمور بليونيت .

الكوليريت :

يتركب المعدن من : ٢ لو ، ا ، ٥ س ، ا ، ٩ يد ، ا . وهو معدن طينى

أبيض برق، دهني اللمس، يلزق باللسان، ثقله النوعي ٢-٢١٥ معتم ضوئياً، رخو جداً .

ويوجد الكوليريت قرب « شيمنز » بسلوفاكيا وفي بافاريا . وجبال البيرينيز . كذلك يوجد المعدن على هيئة مادة بيضاء رخوة في شقوق صخور الطباشير في « سكس » .

البيروفيليت : (١)

يتركب المعدن من : يد_٢ لو_٢ (س ا_٢) ، أولو_٢ ا_٢ ، ٤ س ا_٢ ، يد_٢ ا_٢ ،
بنسبة ٦٦٫٧٪ سيليكات و ٢٨٫٣٪ ألومينا و ٥٪ ماء .

وتتعدد أشكال بلورات المعدن فمنها المعيني والورقي والوبري والمتشعب ، كما قد يوجد المعدن على هيئة حبات متماسكة ، ومنه ما هو شبه مبلور ذو بنية صفحية إردوازية تشبه معدن الطلق، وصفائح المعدن قابلة للالتواء في غير مرونة ولمس المعدن دهني غير لازب ، تبلغ صلادته ١ - ٢ ، وثقله النوعي ٢٫٨ - ٢٫٩ ، الصلبي منه ذو بريق لؤلؤي ، أما الكتل فعديمة البريق ، لون المعدن أبيض ، أخضر تقاحي ، أخضر رمادي ، أخضر مائل للبنى ، مصفر أو في لون أصفر الأهرة ضعيف الشفافية وقد يكون معتماً . سالب الضوئية .

يتصاعد من المعدن ماء عند تسخينه في درجات الحرارة العالية . ويبيض اللون منه عند تسخينه في لهب البورى ، وينصهر بصعوبة عند الأطراف .

(١) بيرجر : « أيجنما لوليت » مادة حرارية جديدة ، جورنال جمعية الخزن الأمريكية ، ١٩٢٦ ، ٣٤٣ ، ٩ .

تفكك الأنواع الورقية والمتشعبة منه عند تسخينها إلى شكل مروحة منتفخة إلى أضعاف حجمها الأصلي .

ويتحلل المعدن تحللاً جزئياً بواسطة حامض الكبريتيك ، ويتحلل تحللاً كاملاً عند صهره مع القلويات . ويعطى المعدن لونا أزرق قائماً في كشف تينار .

والبيروفيليت نوعان ، هما :

(١) نوع مورق متشعب من البنية ، قريب الشبه بمعدن الطلق في كل من الملمس واللون والبريق والبنية . ويستخدم هذا النوع فيما يستخدم فيه الطلق . وهو من المواد الحرارية المستعملة في صناعة الحرارية . والمعدن من المواد الهامة الحاملة لمعدن الكيانيت خام الألومنيوم .

(٢) نوع متكامل ذو لون أبيض ، مغبر أو مخضر ، والمعدن قريب الشبه من معدن الاستياتيت أو من الطباشير الفرنسي ، ومن معادن هذا النوع معدن الأجلتوليت الموجود في الصين والذي تصنع منه أقلام الإردواز، لذلك يطلق عليه أحيانا اسم حجر أقلام الإردواز . وهذا النوع من المعدن من أهم مكونات الصخور الشيتية .

ويوجد البيروفيليت في جبال أورال بروسيا في جبل « كاترينا » ، كما يوجد في « فاليس » بسويسرا، وفي ليبج ببلجيكا ، وفي لكسمبورج . كذلك يوجد المعدن في بلاد السويد والبرازيل ، ويوجد المعدن في أمريكا في ولايتي بنسفال وكارولينا الشمالية على هيئة طاق اردوازي، ويوجد مع اللازوليت والكيانيت في ولاية كارولينا الجنوبية ، كذلك يوجد في ولايتي جورجيا وكاليفورنيا .

الآلوفين :

يتركب المعدن من : لو_٢ ، اس_٣ ، ن_٢ يد_٢ ، ا ، حيث «ن» قد تكون خمسة ، وذلك مع شوائب من الكربوكولا « سليبيكات النحاس المائية » التي يرجع إليها لون المعدن السماوي عند وجودها ، أو من الملائخيت « كربونات النحاس القاعدية » التي تكسب المعدن اللون الأخضر ، أو من أكاسيد الحديد التي تلون المعدن في درجات لونية من الأصفر إلى البني . ومن أنواع الآلوفين ما يكون غنياً بالحديد ويسمى الآلوفين الحديدي .

وبنية المعدن زجاجية ، ويوجد على هيئة مسحوق أو مسطحات مبرزة كما في معدن الهياليت (س_٣ ، ن_٢ يد_٢ ، ا) ، كذلك يوجد المعدن على هيئة أعمدة الاستلاكتيت الهشة القابلة للسحق .

ومكسر المعدن محازي غير منتظم ذو سطح لامع وقد يكون طينياً مطفياً . والمعدن هش جداً تبلغ صلادته ٣ ، وثقله النوعي ١٨٥ - ١٨٩ ، يتراوح بريقه بين الزجاجي إلى تحت الصمغي لكن بريقه الداخلي شمعي . والنقى من المعدن عديم اللون ، مسحوق ذو شفافية جزئية ، والمعدن معتم ضوئياً .

يتصاعد من المعدن ماء غزير عند تسخينه في أنبوبة مغلقة ، لا ينصهر في هب البوري لكنه يتفتت .

يتهلم المعدن عند إضافة حامض الأيدروكلورديك إليه ، ويعطى لونا أزرق في كشف تينار .

وينتج الآلوفين من تحلل الفلسبار أو الصخور النارية القاعدية التي تحتوي

على سيليكات الألومنيوم ، ويغلب وجور المعدن داخل فجوات وجيوب العروق الحاملة للخامات وخاصة خامات النحاس والمارصين ، كما يغلب اقترانه بمعدن الليمونيت ، كذلك محتويه بعض تسكاوين الفحم . ويوجد الألوفاين في سردينيا وفي الصخور الطباشيرية القريبة من « وولتش » و « كنت » و « كورنول » بإنجلترا ، ويوجد الألوفاين في ولاية بنسلفانيا بأمریکا . ويوجد المعدن في « سانتاروزا » بكولومبيا مختلطا بمعدن الويفيلت نحو اسم فيبيريت .

الميليت :

يتركب المعدن من : ٢ (لو ، ح) ٢ ا٢ ، س ا٢ ، ٨ يد ا٢ . ويوجد على هيئة منشورات غير كاملة أو على شكل أعمدة الاستلاكتيت أو على شكل كتل ، وتبلغ صلابته ٣ ، وثقله النوعي ٢ر٢ ، ذو لون بني مزرق ، ولا ينصهر في لهب البورى . ويوجد المعدن في « سالفيلد » و « ثورينجيا » .

الشروتيريت :

يتركب المعدن من : ٨ لو ٢ ا٢ ، ٣ س ا٢ ، ٣٠ يد ا٢ (؟) . وقد يوجد المعدن مخلوطا ببعض من معدن الألوفاين . وبنية المعدن صمغية تبلغ صلابته ٣ — ٣ر٥ ، وثقله النوعي ٢ر٩٥ — ٢ر٥٠ ، ذو لون أخضر فاتح أو مصفر . والمعدن معتم ضوئيا ، ويوجد معدن الشروتيريت في النمسا وفي ولاية (ألاباما) بأمریکا .

ومن معدن أشباه الطين غير السابقة معدن السينويت والكاتلينيت .


معدن الموليت^(١) :

يتركب المعدن من : ٣ لو ٢ ا ٢ ، ٢ س ا ٢ .

وهذا هو التركيب الوحيد المعروف بين معادن سيليكات الألومنيوم الذي يتبلور من مصهور هذه السيليكات في درجات الحرارة التي تسوى فيها المشغولات الطينية ، إذ تبلغ حدود درجات حرارة تكوينه ما بين ٨٠٠ — ١٠٠٠ م° .


وبلورات الموليت من النظام المعيني على هيئة منشورات ، كما قد يوجد المعدن في حالة غير متبلورة . والمعدن موجب الضوئية ، معامل انكساره ١٦٤٢ ر١ — ١٦٥٤ ر١ ، ويوجد المعدن في الطبيعة في فجوات الصخور الطينية المجاورة للحجم البركانية التابعة للحقب الثلاثي في جزيرة « مول » باسكتلندا .

ويتكون المعدن صناعياً من تفكك معادن الطين ، وكذلك من تفكك معدن الأندولوسيت والسيلمانيت عند تسخينها إلى درجات حرارة تتراوح بين ٨٠٠ — ١٠٠٠ م° . حدود تكوين المعدن . ويتفكك الكاولين إلى الموليت مع خروج السيليكات على هيئة ترديدت أحد صورها ، وذلك كما في التفاعل الآتي :

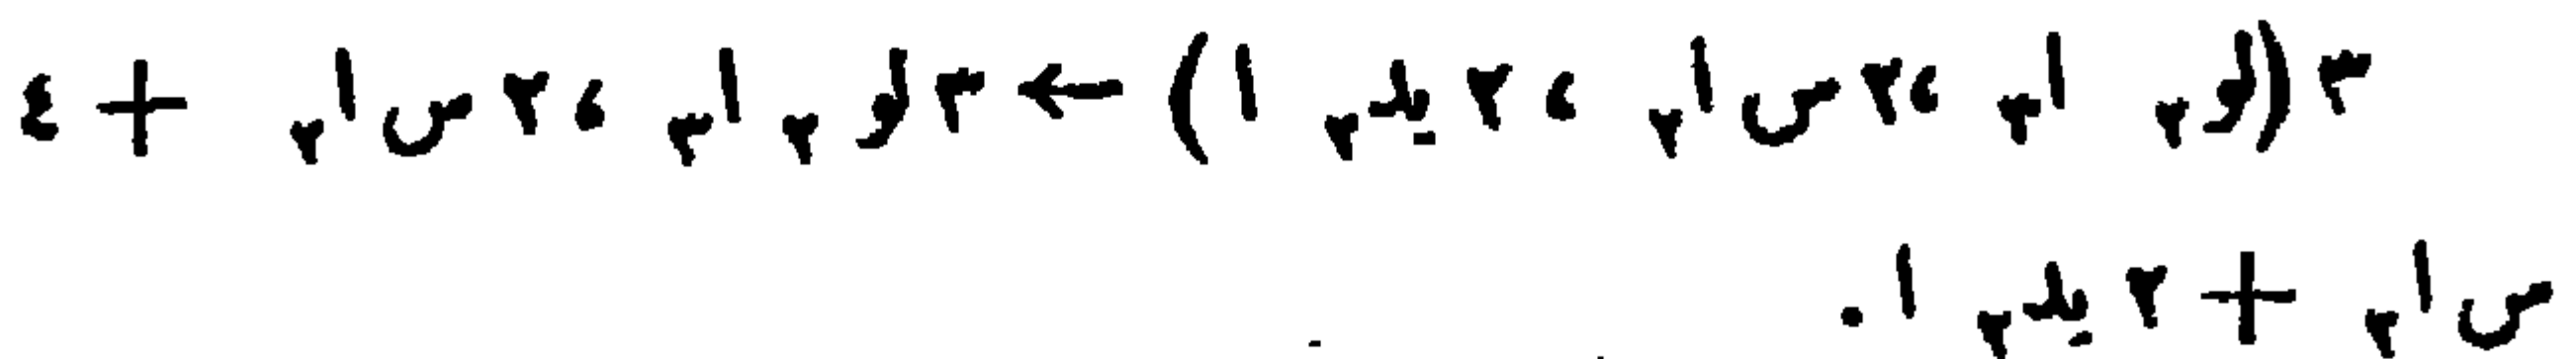


(١) دانا : علم المعادن ٦١٧ ، ١٩٣٢ .

ويتفكك معدنا الأندالوسيت والسيليكانيت كما في التفاعل الآتي :

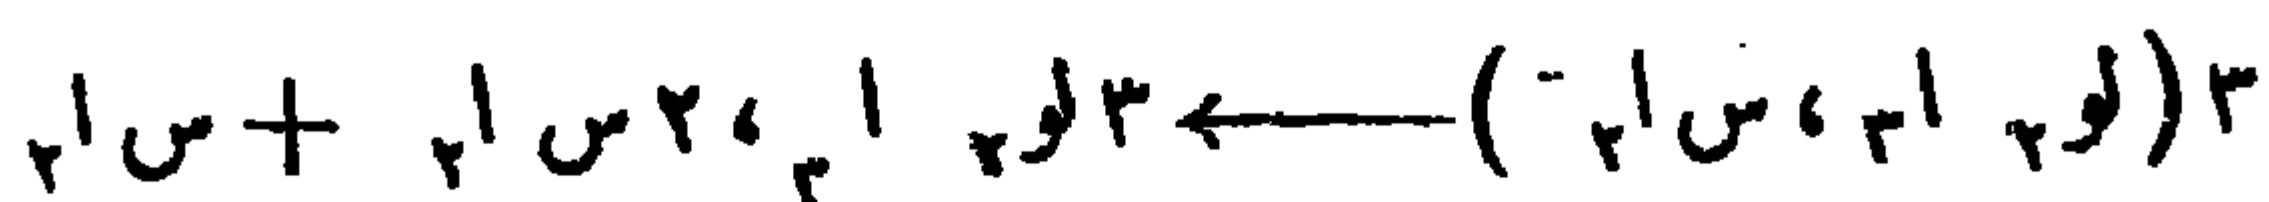

ويكثر وجود اللوليت في الأجسام الخزفية وخاصة في البورسيلان .
وينصهر اللوليت في درجة حرارة ١٨١٦ م تقريباً . وهو عندئذ يتفكك إلى
الألومينا أو معدن الكورند وسيليكات ألومنيوم منصهرة ، ويمكن التعبير عن
التفاعل كآلي :

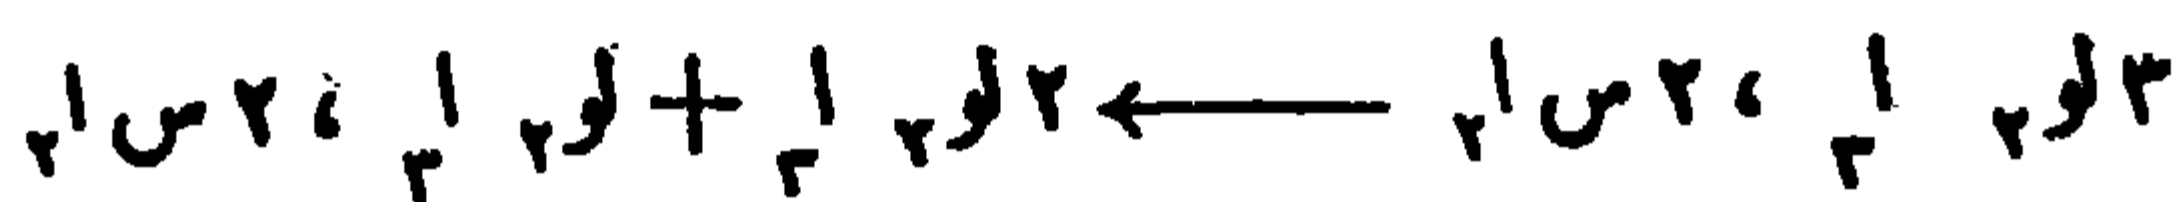

واللوليت كثير الاستعمال في صناعة الحراريات .

صخور الطين^(١)

صخور الطين تكوينات ضخمة من معادن الطين السابقة مع أخلاط أرضية
مختلفة توجد في الطبيعة على عدة حالات ، وذلك تبعاً لطرق ترسيبها وأما كن
تكوينها . فمنها ما هو على هيئة عروق أو كتل أو كسبان أو ركام وهذه تكوينات
غير منتظمة الشكل ، ومنها ما يوجد على هيئة طبقات رسوبية منتظمة . وتشمل
صخور الطين الطبيعية الأنواع الآتية :

الطين الرخو :

ويوجد فيه الطين على هيئة طبقات أو عروق أو كتل رخوة ذات

(١) تيريل : مبادئ البتولوجيا ، ٢١٢ - ٢١٦ ، ١٩٢٨ .

جسيمات سائبة أو ضعيفة التماسك . ويحتفظ الطين في تلك الصخور بلازيبته .
ومن صخور الطين الرخو رواسب الكاولين والطينة البيضاء . وهي أفضل
أنواع الطين في صناعة الخزف .

الحجر الطيني :

وهو صخر طيني كثير الانتشار في الطبيعة ، ويوجد على هيئة طبقات
سميكة ذات جسيمات مندبجة متجانسة . والصخر ناتج من عمليات رسوب
متجانسة مستمرة تحت ظروف واحدة من تماسك الأجزاء والتصلب بالضغط
والتجفيف . ويحتاج الحجر الطيني عند استعماله إلى عمليات التكسير والجرش
والنقع في الماء ليستعيد لازيبته .

وقد تفتت الحجر الطيني بعد تكويته نتيجة تعرضه لعوامل التعرية متحولاً
إلى كتل تسدير بالحركة إلى أجسام تشبه الزلط في حجمه وشكله ، يطلق عليها
اسم الطين الزلطي .

الطفل :

الطفل أو الطفال صخر طيني متكون من صفائح رقيقة . ويتكون الطفل
من عمليات رسوبية متقطعة لمواد طينية مختلفة في كل صفحة منه عن التي تليها .
وقد يكون الاختلاف في نوع المادة أو في حجم الجسيمات مما يؤدي إلى عدم
اندماج مكونات كل صفحة مع ما يجاورها .

ويفقد طين الطفل لازيبته مع احتفاظه بتركيبه الكيماوي ، نتيجة لتعرض
جسيماته للضغط وحرارة التجفيف . ويحتاج إلى تفتيته ونقعه في الماء فترسب

الزمن ليتمكن الماء من التخلل والانتشار بين الجسيمات واستعادة لازيتها .

وقد وجد أن طين الطفل وكذلك الحجر الطيني المحتوى على بقايا نباتية نامية أو الذى لامس نباتا أو بعض الأحياء أسهل فى استعادة لازيته عند خلطه بالماء من الأنواع التى لا تحتوى على تلك البقايا ، وذلك لاحتوائه على غرويات حافظة من مستحلبات الدبال العضوى الناتج من تلك الأحياء (١) .

الطين البحرى :

وهو الطين المترسب فى قاع البحار والمحيطات والبحيرات المالحة العميقة بعيداً عن الشاطئ ، ويحتوى هذا الطين على أملاح ذائبة تضاف من لازيته وتسبب عيوباً للمشغولات الخزفية المصنوعة منه . ويحتاج الطين البحرى لعمليات غسل طويلة أو لبعض المعالجات الكيميائية عند تجهيزه للتخلص من فعل تلك الأملاح الضارة .

الركام الثلجى :

الركام الثلجى أو طين التلاجات هو ما يترسب عند ذوبان التلاجات بما حملته أثناء هبوطها من أعالي الجبال أو المناطق المتجمدة وألفت به على شكل أكوام غير منتظمة فى مياه البحيرات المؤقتة الناتجة من ذوبان الثلوج . ويطلق على كل كوم من تلك الأكوام لفظ الركام . والركام الثلجى صخر غير متجانس فى مواده ولا فى أحجام أجزائه ، وطينه رخو غير متماسك ضعيف اللازمية ، يكثر فيه الحصى والجلايميد المعروف باسم الجلود الطينى . وتحتاج

(١) بيرس وكاي : الجورنال الجيولوجى ، ٣٨ ، (٢) ، ١٩٢٠ ، أصل الجيوتيل .

طينات الركام الثلجى إلى عمليات طحن قبل استعمالها ، ولا تستعمل إلا فى صناعة أنواع الطوب ومواد البناء الخزفية فقط .

وتوجد الركامات الثلجية شمال وجنوب خط عرض ٤٠° غالبا ، كما توجد فى المرتفعات العالية التى تكسوها طبقات الجليد .

الكثبان الطينية :

الكثبان الطينية أو « لويس » تكوينات من الطين وسط أمريكا ، كما توجد أنواع مشابهة منها فى أواسط أوروبا وآسيا . والكثيب تل من دقائق الطين الذى سبق تكوينه فى مناطق بعيدة ثم نقلت بفعل الرياح ، وحدث فى أثناء انتقالها عمليات فرز ألت بالحبات الكبيرة فى أول الطريق ثم بالأقل حجما وهكذا متدرجة فى الرسوب ، حتى لم يبق غير الدقائق التى قويت الرياح على حملها مسافات طويلة ، وأخذت تسنى عند ما فقدت الرياح الناقل لها سرعتها أو عند ما اصطدمت بحائل من جبل أو تل أو شجرة مثلا .

ويختلف ارتفاع الكثيب من بضع أقدام إلى عشرات الأمتار . والكثيب تكوين منتظم غير طبقى يتكون من جسيمات تكاد تكون متجانسة فى الحجم ، وتوجد جسيماته غير متماسكة . وغالبا ما يتخلل الكثيب شقوق عميقة تصل إلى القاع نتيجة فعل النبات والديدان ، وقد تحتوى الكثبان الطينية إلى حفريات لحوان أو نبات مدفونة فيها . ولا يحتوى طين الكثبان على كوارتز رملى . ومواد الكثبان الطينية صعبة التشغيل لكبر معامل انكماشها وتشقق مشغولاتها فى أثناء تسويتها . وتحتاج لإصلاحها إلى إضافة

مواد خشنة . وقلما تجد هذه الطينات استعمالا في غير صناعة الطوب الأحمر
العادي .

الإردواز :

الإردواز صخر طيني متحول ذوبنية صفحية متلاصقة يسهل فصل صفائحها
عن بعضها البعض ، ويتركب الإردواز من سيليكات الألومنيوم اللامائية .
وتكون الإردواز في عصور جيولوجية سحيقة عندما تعرضت بعض الصخور
الطينية لعوامل الضغط ودرجات الحرارة العالية .

ولا يصلح الإردواز مطلقا في الصناعات الخزفية لعدم إمكان تحويله إلى
عجينة لازية تقبل التشكيل ، وذلك لفقد ماء ارتباطه عند تعرض صخرة الطين
لدرجات حرارة التحول العالية ، مما يجعله غير قابل للامتزاج بالماء لتكوين
عجائن لازية . بل تستعمل شقائق الإردواز بعد فصلها في أعمال التسقيف
وغيرها .

مساعدا الصهر^(١)

مساعد الصهر هو المادة التي تعمل على خفض درجة حرارة الانصهار
عندما تخلط بمادة أخرى أعلى منها في درجة الانصهار . وتعمل مساعدا
الصهر مع الطين في عجائن الأجسام الخزفية لتعمل على خفض درجات حرارة

(١) مساعد الصهر هو الاسم الصحيح الدال على فعل المادة ، وليس الصاهر أو الصهر
كما يطلقه البعض ، فالمادة لا تصهر وإنما يقتصر عملها على خفض درجة الانصهار مما يساعد
على العلية .

الانصهار الجزئي لبعض جسيات الطين في عمليات تسوية مشغولاتها . كما
تعمل مساعدات الصهر كمواد رابطة لأجزاء الجسم الخزفي نتيجة لانصهارها
في درجات حرارة منخفضة عن درجات انصهار الطين إلى سائل عالي اللزوجة
يتجمد على هيئة بنية زجاجية ، فتعمل على ملء الفراغات والمسام بمادة زجاجية
رابطة . كذلك تعمل مساعدات الصهر في مشغولات الفخار المسوي في درجات
حرارة منخفضة كمواد خشنة في عجائن تلك المشغولات .

وأهم مساعدات الصهر المستعملة في الخزف هي معادن وصخور الفلسبار ،
ومعادن وصخور السيليكات ، كما يستعمل معدني الكربوليت والفلورسبار
في بعض المشغولات .

معادن الفلسبار^(١)

الفلسبار اسم لفصيلة من معادن تتركب من متعدد سيلكات الألومنيوم
لواحد أو أكثر من أكسيد الفلزات القلوية أو القلوية أرضية . ولا تحتوي
معادن الفلسبار على فلزي الحديد والماغنسيوم مطلقاً .

وتكون معادن الفلسبار أغلب للصخور النارية الحامضة مثل صخور
الجرانيت والديوريت ، كما أنها توجد في صخور البازات القاعدية . ويوجد
الفلسبار منفرداً على هيئة صخور فلسبارية مثل صخور البجماتيت والأيليت .

(١) دانا : علم المعادن ، ٥٣٤ - ٥٤٩ ، ١٩٣٢ .

(٢) يشتق الاسم من الأصل الألماني المكون من مقطع « فلد » بمعنى الحقل والمقطع
« سات » بمعنى بلورة أي بلورة الحقل .

تقسيم معادن الفلسبار :

تنقسم معادن الفلسبار من حيث نظام بلوراتها إلى :

(أ) معادن فلسبارية ذات بلورات من النظام الأحادي الميل . وتشمل معادن الأورثوكليز والصودا أورثوكليز والهيالوفين والسليزيان .

(ب) معادن فلسبارية ذات بلورات من النظام الثلاثي الميل . وتشمل معادن الميكروكلين والصودا ميكروكلين والأورثوكليز ومجموعة معادن البلاجيوكليز .

وتنقسم معادن الفلسبار من ناحية تركيبها الكيميائي إلى :

(أ) فلسبار بوتاسيومى أو معادن الأورثوكليز ، وفيها تسكون قاعدة المركب جميعها أو معظمها من البوتاسا . ومن أبقى أنواع الفلسبار البوتاسيومى معدن الأدولاريا والميكروكلين .

(ب) فلسبار الصودا أورثوكليز ، ويتركب معادته من معدد سيليكات الألومنيوم لكل من فلزي البوتاسيوم والصوديوم بنسب مختلفة لكل منهما (بو ، ض) ٢Al ، ٢Lo ، ٣A ، ٦S ، ٢H . ومن معادن هذا النوع السانيدين والأيسو أورثوكليز والهيالوفين الذى يحتوى على بعض من فلز الباريوم بجانب البوتاسيوم ومعدن الصودا ميكروكلين والأورثوكليز .

(ج) الفلسبار الصوديومى : وهو ما كانت قاعدته من الصودا كما فى معدن

الأليبت .

(د) الفاسبار الجبرى : وهو ما كانت قاعدته من الجير كما فى معدن الأنورثيت .

(هـ) معادن البلاجيوكليز : وهى معادن قواعدها من كل من الصودا والجير مثل معدن الأوليجوكليز والأنديزين واللابزادوريت والبايتونيت .

(و) معدن السلزيان وقاعدته من الباريا .

الخواص العامة لمعادن الفاسبار :

تشارك معادن الفاسبار فى الخواص الآتية :

١ — التركيب الكيماى : تشارك معادن الفاسبار فى التركيب العام وهو متعدد سيليكات الألومنيوم لواحد أو أكثر من الفلزات القلوية أو القلوى أرضية .

٢ — النظام البلورى : تبلور هذه المعادن فى نظامين بلوريين : هما النظام الأحادى لليل والنظام الثلاثى لليل . كذلك تتشابه بلورات هذه المعادن فى الشكل المنشورى وفى الخواص البلورية ، فهى ذات تشقق متعامد غالباً ما يكون موازاً لقاعدة البلورات ، وتتكون وحدات البلورة من أربعة جزئيات لتركيب المعدن ، فهى ينتشر ظاهرة التوائم بين بلوراتها .

٣ — الخواص الضوئية : جميع معادن الفاسبار سالبة الصوئية عند فحصها

ميكروسكوبياً ، وذلك فيما عدا معدن الألبيت الموجب الضوئية .

٤ — يقع معامل انكسار معادن الفاسبار ما بين ١.٥١٩ إلى ١.٩٥٥

والزيادة في مقدار معاملات الانكسار تكون نحو معدني الأنورثيت والسازيان.

٥ — اللون : يعلب اللون الأبيض والألوان الباهته بين معادن الفلسبار ولا يوجد منها ما هو قائم اللون . وتتفاوت معادن الفلسبار في درجات شفافيتها.

٦ — البريق : تريق المعادن الفلسبارية متوسط دائماً .

٧ — الثقل النوعي : تتراوح الأثقال النوعية لمعادن الفلسبار بين ٢٥ إلى ٢٩ ، وأغلبها يقع بين ٢٧٥ - ٣٥٥

٨ — للكسر : مكسر معادن الفلسبار محاري ، وقد يكون غير منتظم .

٩ — الصلادة : تتراوح صلادة معادن الفلسبار بين ٦ - ٦ ، وغالباً ما يكون جسم المعدن هشاً .

١٠ — درجات الانصهار : تتراوح درجات انصهار معادن الفلسبار بين ١١٠٠ - ١٣٠٠ م . وتكون عند انصهارها سوائل عالية اللزوجة ، وتتجمد عند تبريدها السريع إلى بنية زجاجية .

١١ — فعل الكيماويات — تقاوم معادن الفلسبار فعل الأحماض ، وتقل المقاومة نحو معدن الأنورثيت الذي يذوب في حامض الأيدروكلوريك المركز تاركاً سيليكاً هلامية .

١٢ — الإستعمال : معادن الفلسبار ، لما لها من خواص حرارية ومقاومة كيميائية ، من أنسب المواد المستعملة كساعات صهر للطين وفي خلطات التزجيج في المشغولات الخزفية .

وأهم معادن الفلسبار هي :

الأورثوكليز : يتركب المعدن من : بو ٢ ، لو ٢ ، أ ٢ ، ٦ ، س ١ . وذلك
بنسبة ٦٤ر٧٪ سيليكات ، ١٨ر٤٪ ألومينا ، ١٦ر٩٪ بوتاسا . ومعامل
إنكساره ١٥١٩ر١ - ١٥١٣ر١ - ١٥٢٥ر١

الخواص الحرارية : يتحول الأورثوكليز عند تسخينه إلى درجة حرارة
٩٠٠°م إلى معدن السانيدين بنفس التركيب ولكن في بنية زجاجية . ولا يعود
السانيدين إلى الأورثوكليز ثانية عند تبريده . وينصهر الأورثوكليز في درجة
حرارة ١٣٠٠°م . وهو لذلك من المواد صعبة الانصهار بالنسبة للهب البورى .

الخواص الكيميائية : يعطى مخلوط من مسحوق المعدن مع مسحوق الجبس
في هب البورى لوناً بنفسجياً لون بخار البوتاسيوم . ولا يتأثر المعدن بالأحماض
ويتميز الأورثوكليز عن معدنى الباريت والكالسيت اللذين يشبهانه في المظهر
بشدة صلادته وصعوبة انصهاره وعدم تأثره بالأحماض . ويتميز المعدن عن
الكوريد الذى يشبهه في المظهر أيضاً بأنه أقل منه صلادة وثقلاً نوعياً .

الأورثوكليز الصناعى : يمكن الحصول على بلورات من الأورثوكليز
الصناعى عند تبريد مصهور من السيليكات الهلامية والألومينا مع محلول البوتاسا
في الماء بنسب وجودها في المعدن وذلك داخل أنبوبة مغلقة . كذلك تتكون
بلورات الأورثوكليز عند تسخين محلول من سيليكات البوتاسيوم في الماء
مع المكا البيضاء . ويساعد على بلورة الأورثوكليز وجود حامض التونجستيك
أو الفوسفات القلوية ، ويتحلل الأورثوكليز الصناعى عند تسخينه إلى درجة

حرارة ١١٧٠°م إلى معدن اللوسيت Bo_2 ، Lu_2O_3 ، Lu_2O_3 ، Lu_2O_3 مع خروج سيليكات زجاجية . واللوسيت ذو مظهر مدجن .

بديل الأورثوكليز : تستخدم خلطة صناعية بدلا من الأورثوكليز تتكون من ٨٥ - ٩٥ ٪ من مسحوق الرمل الأبيض أو مسحوق الزلط المكلس مع ١٠ - ١٥ ٪ من كربونات البوتاسيوم ، ويجهز الخليط بتسخينة حتى درجة الاحمرار ، ثم يطحن ناعماً ويستعمل وحده أو مع مسحوق الفلسبار كساعد صهر وخاصة في عجائن التزجيج :

الأولاديا : ويسمى المعدن أيضاً حجر القمر ، ويتركب من سيليكات الألومنيوم والبوتاسيوم النقية . ويبلغ ثقل المعدن النوعي ٢٥٦٥ ر٢ ، وهو شفاف يعكس أشعة لؤلؤية ذات تلاعب لوني رقيق ، وبريق المعدن أوبالي .

الميكروكلين : ويتركب من Bo_2 ، Lu_2O_3 ، Lu_2O_3 ، Lu_2O_3 ، مثل الأورثوكليز ولكنه يتبع في بلوراته النظام الثلاثي الميل ومعامل انكسار المعدن ١٥١٨ ر١ - ١٥٢٢ ر١ ومن أنواع الميكروكلين ما يستخدم كجواهر ويسمى حجر الأمازون .

معادن الصودا أورثوكليز : وهي معادن الفلسبار المكونة من كل من البوتاسا والصودا مع سيليكات الألومنيوم ومن هذه المعدن الباريايت ويوجد على هيئة محلول بلوري مع الأورثوكليز والسانيدين الصوديومي وهو زجاجي البنية ، والريا كوليت وهو سانيدين فيزيا . والأيسو أورثوكليز أو الأيسوثوز . والصودا ميكروكلين ، واللوكوكليز وهو معدن ينصهر في

درجة حرارة ١٢٩٦° م. الهيالوفين وهو معدن يحتوي على الباريوم بجانب البوتاسيوم، ويتركب من: (بو٢ يا) ١، لو٢ ا٢، ٤ س ا٢. والأنورثوكليز وترتفع فيه نسب الصودا عن البوتاسا، ويبلغ ثقله النوعي ٢٥٧ر٢ - ٢٦٠ر٢، ومعامل انكساره ١٥١٩ر١ - ١٥٥٠ر١ - ١٥٢٧ر١ ويشبه الأورثوكليز معدن الميكرولكين في باقي الخواص.

الأليت: وهو فلسبار صوديومي يتركب من: ص ٢ ا٢، لو٢ لو٢ ا٢ ٢ س ا٢، وذلك بنسبة ٦٨ر٧٪ سليكا و ١٩ر٥٪ ألومينا و ١١ر٨٪ صودا. والمعدن موجب الضوئية بخلاف باقي معادن الفلسبار، ومعامل انكساره ١٥٢٥ر١ - ١٥٢٩ر١ - ١٥٣٦ر١. وينصهر المعدن في درجة حرارة ١١٠٠° م ويتحول إلى سائل زجاجي عند تسخينه إلى درجة حرارة ١٢٩٩° م ويلون المعدن لهب البوري بلون أصفر غزير لون بخار الصوديوم. ويقاوم الأليت فعل الأحماض.

البيريت: وهو مخطوط من معدني الأنورثوكليز والأليت. والمعدن في لون لحم البشر.

معادن البلاجيوكايز: هي سلسلة من معادن تتدرج في التركيب بين معدني الأليت ومعدن الأنورث. وذلك في سلسلة من عدة معادن ذات حدود متدرجة النسب من جزئيات كل من المعدنين السابقين، وذلك بالنسب الوارد في الجدول الآتي:

معادن البلاجيوكلينز	نسبة جزئيات الأليت	نسبة جزئيات الأنورثيت
الأليت	٩٠ - ١٠٠	١٠ - ٠
الأوليغوكلينز	٧٠ - ٩٠	٣٠ - ١٠
الأنديزين	٥٠ - ٧٠	٥٠ - ٣٠
اللابراروريت	٣٠ - ٥٠	٧٠ - ٥٠
البايتونيت	١٠ - ٣٠	٩٠ - ٧٠
الأنورثيت	٠ - ١٠	١٠٠ - ٩٠

وتتدرج خواص معادن البلاجيوكلينز بين خواص المعدنين المكونين لها . فيزداد معامل الانكسار فيها بارتفاع نسبة الأنورثيت المكون لها . وترتفع درجة الانصهار ، ويكثر الثقل النوعي بزيادة نسبة الأنورثيت . أما المقاومة الكيميائية فتقل بارتفاع نسبة الأنورثيت في المعدن .

الأنورثيت : وهو فلسبار جيري يتركب من : كا ، لو ، ا ، ٢ ، س . ا ، وذلك بنسبة ٤٣ر٢ ٪ سيليكات و ٣٦ر٧ ٪ ألومينا و ٢٠ر١ ٪ جير والمعدن صعب الانصهار في هب البورى . ويتصهر في درجة حرارة ١٣٠٠ م . متحولاً إلى سائل زجاجي عديم اللون .

ويمكن الحصول على بلورات من الأنورثيت الصناعى من تبريد مصهور من مكوناته . وينصهر الأنورثيت الصناعى في درجة حرارة ١٥٥٠ م . وينوبه

معادن الأنورثيت في حامض الأيدروكلورديك المركز مع انفصال ما به من سيليكات على هيئة هلام .

الأنيموزيت : وهو أحد معادن الفلسبار ، ويتركب من سيليكات الألومنيوم والصدوديوم والكالسيوم : ص_٢ ، ٢ كا ، ١ لو ، ٢ لو ، ٢ س ، ١ ، و يبلغ معامل انكسار المعدن ١٥٥٥ - ١٥٥٩ - ١٥٦٣ .

السليزيان : يتركب المعدن من سيليكات الألومنيوم والباريوم : با ، ١ لو ، ٢ س ، ٣ ، ٢ س ، ١ ، و يبلغ نقل المعدن النوعى ٣٧٣ ، ومعامل انكساره ١٥٨٤٠ - ١٥٨٩٠ . ويسبب ارتفاع معامل انكسار المعدن طبقاً للمعادن الطبقات الزجاجية عند وجوده بها .

اللوسيت^(١) : اللوسيت من معادن أشباه الفلسبار ، يتركب من ثنائى سيليكات الألومنيوم والبتواسيوم : بو ، ٢ ا ، ١ لو ، ٢ لو ، ٤ س ، ٢ ، ويرتبط المعدن من نواح كثيرة بمعادن الفلسبار ، والمعدن أحد نواتج تحلل معدن الأورثوكليز . ومكسر المعدن محارى ، وتبلغ صلادته ٥ - ٦ ٪ وهو هش ، وثقله النوعى ٢٤٥ - ٢٥٠ ، ذو بريق زجاجى ، لونه أبيض أو رمادى أو مدخن ، وشفافيته جزئية ويتدرج إلى معتم . مخدشه عديم اللون . ويتبع فى بلوراته النظام المكعبى : ومعامل انكساره ١٥٠٨ - ١٥٠٩ .

تبلغ فيه نسبة السيليكا ٥٥ ٪ مع ٢٣ ٪ ألومينا و ٢١ ٪ بوتاسا ، وقد يحتوى على قليل من الصودا وأثار من الليثيا والروبيديا والسيزيا

(١) دانا : علم المعادن ، ٥٤٩ - ٥٥١ ، ١٩٣٢ .

لا ينصهر المعدن في لب البورى ، ويعطى كسف تينار . ويذوب ذوباناً كاملاً في حامض الأيدروكلور دريك المركز .

ويمكن الحصول على بلورات صناعية من معدن اللوسيت من تبريد مصهور مكوناته ، وتساعد فاناتات البوتاسيوم عند وجودها ، على تكوين بلورات كبيرة للمعدن . كذلك يمكن الحصول على بلورات من المعدن من مصهور يتكون من الميكرولكين والبيوتيت أو من مصهور الميكا البيضاء وحدها .

صخور الفلسبار (١)

هي صخور غنية بمعادن الفلسبار مع نسب صغيرة من معادن أخرى . وغالباً ما يخالطها عند جوانبها وخلال شقوقها رواسب كاولينية للآمنة أحوال تكوينها إلى تحللها جزئياً إلى الكاولين . وصخور الفلسبار من أهم المصادر الطبيعية لمواد مساعدات الصهر في مكونات الخبزف . ومن أهم صخور الفلسبار :

البجائيت : وهي تكوين لصخر نارى حامض متداخل غنى بمعادن الفلسبار القلوية يخالطها معدن الكوارتز مع البعض القليل من أنواع الميكا ومعادن المواد المتطايرة . وقد يكون صخر البجائيت محملاً ببعض خامات القصدير والتونجستين والعناصر المشعة والفلزات الأرضية النادرة . وتتكون بنية البجائيت من بلورات خشنة مختلفة الأحجام .

وتوجد صخور البجائيت في الطبيعة على هيئة عروق وسدود متداخلة في

(١) تبريل : مبادئ البتولوجيا ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٩٣٨ .

صخور القشرة الأرضية تمتد من باطن الأرض إلى ما يقرب من سطح القشرة الأرضية. وتقل نسبة الفلسبار مع ازدياد في نسبة الكوارتز كلما اقترب الصخر من سطح الأرض وجوانبه .

وتوجد عروق البجائيت في مصر في مناطق متفرقة في الصحراء الشرقية وجبال البحر الأحمر الجرانيتية ، وفي منطقة الشلال بأسوان كما في جيلي الشيخ هارون حيث يستغل في صناعة الخزف في البلاد ، كذلك يوجد الصخر في غرب شبه جزيرة سيناء وشرقها عند شرم الشيخ . ومعظم الفلسبار المصري من النوع البوتاسيومى .

الأبليت : وهو يشبه صخر البجائيت ، ويختلف عنه في دقة الحبيبات وتساويها فقط . وتوجد عروق الأبليت في وادى الحمامات عند طريق قنا - القصير وفي وادى أبو عتلى .

الجرانيت المتحلل : وهو غنى بالفلسبار مع كميات لا بأس بها من الكاولين ، وينتج الصخر عن تحلل جزئى لصخور الجرانيت .

ويستعمل كصخر فلسبارى كمساعد صهر للطين في المشغولات الخزفية . كما يستخلص الكاولين من الأنواع الغنية به .

ويوجد الجرانيت المتحلل بكثرة في الصحارى المصرية حيث يكسو سلاسل الجبال الجرانيتية على شكل طبقات غير منتظمة من هشيم الصخر المتحلل يتراوح سمكها بين بضعة سنتيمترات إلى عشرات منها ، وقد تصل في بعض المناطق إلى سمك المتر أو أكثر . وذلك كما في جبل دوة بواحة العوينات .

حجر الكورنيش : أو حجر كورنول يوجد في مقاطعة « كورنول »
بإنجلترا نتيجة لتحلل جوفي غير كامل لمعدن الفلسبار في صخر الجرانيت الذي
ما زال يكسو جزءاً من قمة هذه الرواسب ، ويتركب حجر الكورنيش من
(١٨١ ر - ١٠٣ ، ١٠٣ ، ص ٢ ، ٢١٢ ، ١٠٣) ، لو ٢ ، ١٣ ، ٣ ، ٩٤ ، ٣٠٢ .
ويحتوى الحجر على ما يقرب من ٤٦٪ منه كاولينا مع سيليكات قلوية وفلسبار
وميكا وسيليكات منفردة . ويعتبر الحجر من أهم مساعدات الصهر المستعملة في
جميع أنحاء العالم منذ أجيال عدة . كذلك يعتبر الصخر مصدراً هاماً لاستخلاص
الطين الصيقي أو الكاولين الإنجليزي .

الحجر الياباني : وهو من الصخور الجرانيتية المتحللة . ويستعمله اليابانيون
بجانب إستعماله كمساعد صهر ، في صناعة بعض أنواع الخزف الرمادي الرخيص .
إسبار أكسفورد : وهو أحد نواتج التحلل الجزئي لمعدن الفلسبار .
ويتركب من :

(٢٥٠ ر - ١٠٣ ، ١٠٣ ، ص ٢ ، ٢١٨ ، ١٠٣) ، لو ٢ ، ١٣ ، ٣ ، ٨٤ ، ٣٠٢ .
ويحتوى الصخر على ما يقرب من ٥٪ كاولينا .

أسبار بكنجام : وهو صخر ناتج عن التحلل الجزئي لمعدن الأورثوكليز .
ويتركب من :

٨٥٥ ر - ١٠٣ ، ١٠٣ ، لو ٢ ، ١٣ ، ٣ ، ٧٤ ، ٣٠٢ ، ويبلغ ما به من كاولين نحو ٦٪

أسبار جوودفراي : وهو ناتج عن التحلل الجزئي لمعدن الأورثوكليز
ويتركب من :

(٥٤ و . ص ١٢ ، ٣٠ و . بو ١٢) ، لو ٢١ ، ٥٧٥ س ٢١ . ولا تزيد فيه نسبة الكاولين على ٦٪ .

حجر الخفاف ^(١) : وهو ناتج من تجمد رغاوى الطفوح البركانية الحامضة ، وهو يشبه الجرانيت في تركيبه مع زيادة في نسبة الفلسبار . والخفاف حجر ذو مسام أنبوبية كبيرة ، خفيف في ثقاه النوعى . لونه أبيض وأغلبه رمادى . ويستخدم مسحوق الخفاف في أعمال الجليخ ، كما يستخدم في صناعة أسمنت بوتشيلان بعد تسخينه مع الحجر الجيري . كذلك يمكن إستعماله كمساعد صهر مثل الفلسبار . ويطرح البحر الأبيض المتوسط قطعاً من الحجر على شواطئه في مناطق العريش وغزة .

معادن السيليكات ^(٢)

السيليكات أو ثانى أكسيد السيليكون: س ١٢ من أكثر المواد انتشاراً في الطبيعة ، وهى توجد على هيئة بلورات أو ذات تبلور جزئى أو غير متبلورة ، وتعمل السيليكات فى الصناعات الخزفية بعد تنقيتها من شوائبها الضارة وتجهيزها بالطحن وغيره من العمليات . وتعمل السيليكات فى الخلطات الخزفية كمساعد صهر وكما دة رابطة . ومن الضرورى وجود أحد أنواع السيليكات فى المشغولات الطينية التجارية بنسب خاصة لتعمل كما دة خشنة تقوم بتكوين هيكل الجسم ، وتمنع من حدوث التشقق والانكماش فى المشغول .

والسيليكات هى مادة الزجاج والتزجيج الأساسية .

(١) تيريل : مبادئ البترولوجيا ، ٣٤ ، ١٩٣٨ .

(٢) دانا : علم المعادن ، ٤٧٠ - ٤٧٧ ، ١٩٣٢ .

معادن السيليكات المتبلورة :

وهي السيليكات الطبيعية الموجودة على شكل بلورات ، وتتبع بلورات السيليكات نظام السداسي الميل . وأهم معادن السيليكات المتبلورة هي :

الكوارتز :

ويسميه العرب المرو . ويتتركب المعدن النقي من ٤٦٫٧٪ سيليكون مع ٥٣٫٣٪ أكسجيناً ويخالط المعدن وخاصة في أنواعه المتكتلة سيليكات الأوبال غير المتبلورة ، كما تحتوي الأنواع غير النقية من الكوارتز على أكاسيد الحديد و كربونات الكالسيوم والطين والرمل أو معادن أخرى مختلفة متداخلة في بلورات المعدن .

الخواص الطبيعية :

بلورات المعدن ذات شكل منشوري وذات أوجه مخططة أو مشوهة . وصلادة الكوارتز ٧ ، ويتدرج المعدن من هش إلى متماسك . ويبلغ ثقل المعدن النوعي ٢٫٦٥٣ إلى ٢٫٦٦٠ ، وله بريق زجاجي أو دهني ، كما قد يكون معتماً عديم البريق . والمعدن النقي عديم اللون ، إلا أن ما قد يوجد به من شوائب يكسبه درجات لونية من الأصفر والأحمر والبني أو الأخضر والأزرق ، كما قد يتلون المعدن باللون الأسود . ولون مخدش المعدن النقي أبيض ، أما لون مخدش الأنواع غير النقية فذات لون باهت كلون المعدن . وتتراوح شفافية الكوارتز من الشفافية الكاملة إلى العائمة : ولبعض أنواع الكوارتز رائحة البيض الفاسد . وللـكوارتز خواص ضوئية موجبة ، ويبلغ معامل انكساره ١٫٥٤٤١٨ — ١٫٥٥٣٢٨ ، وللمعدن خواص كهرب حرارية .

الخواص الحرارية :

لا ينصهر الكوارتز في لهب البورى ، وينصهر في لهب الشعلة الاكسي
أيدروجينية . ويبدأ الكوارتز في الانصهار في درجة حرارة 1600°م . ويتم
انصهاره في درجة حرارة 1685°م متحولاً إلى سائل زجاجي . ويتطاير
الكوارتز في درجات حرارة القوس الكهربائي . والكوارتز مادة حرارية
بالنسبة لغيرها من المواد التي هي أقل منها في درجات حرارة انصهارها، وذلك كما
في حالة خلطات الزجاج ومواد التزجيج . ويعمل الكوارتز كمساعد صهر للمواد
التي هي أعلى منه في درجات حرارة الانصهار وذلك باستعماله مع الطين كمساعد صهر،
فينخفض الكوارتز من درجة انصهار مخلوطة مع الطين كلما زادت نسبته في
المخلوط حتى تصل نسبته 80% من وزن المخلوط حيث ينصهر في درجة حرارة
 1610°م ، وهي أقل درجات حرارة انصهار المخلوط من الكوارتز والطين،
ثم تعود درجة انصهار المخلوط في الارتفاع إذا زادت نسبة الكوارتز على
 80% من وزن المخلوط .

ويمتاز الكوارتز عن غيره من المواد بصغر معامل تمدده الحراري إذ يبلغ
 5×10^{-6} من السنتيمتر ، بينما يبلغ معامل تمدد الزجاج مثلاً 8×10^{-5}
من السنتيمتر ، لذلك فمن الممكن إطفاء قطعة من الكوارتز المسخنة إلى
درجة الاحمرار الزاهي في الماء دون أن تكسر بعكس باقي المواد الزجاجية
والخزفية . ويزداد معامل التمدد الحراري إلى نحو خمسة عشر ضعفاً في حالة
المسحوق أو الكتل غير متجانسة التوزيع ، وبوضوح ذلك سبب حدوث
الانكماش في أثناء عمليات تسوية الأجسام المحتوية على نسبة عالية من الكوارتز

غير متجانس الخلط. وكقاعدة عامة يقل معامل تمدد الأجسام الزجاجية والخزفية بزيادة نسبة الكوارتز أو السيليكات المكونة لمادة الجسم.

الخواص الكيميائية :

لا يتأثر الكوارتز بالأحماض، ولكنه يذوب ببطء في القلويات متحولاً إلى سيليكاتها. ويذيب كل من حامض الأيدروفلوردرينك وحامض الفلورينك الكوارتز محولاً له إلى رابع فلوريد السيليكون المتطاير، كذلك يؤثر حامض الأورثو فوسفوريك والفوسفات في الكوارتز والسيليكات في درجات حرارة أعلى من ١٠٠° م. كما تؤثر الأكاسيد والأملاح القلوية في المعدن، والليثيا أشد تلك المواد تأثيراً فيه، أما الأمونيا فهي أقلها تأثيراً، وتؤثر أيضاً الهالوجينات في المعدن والسيليكات.

تكوينات الكوارتز :

يوجد الكوارتز على هيئة تكوينات متراكمة ذات بلورات تتراوح بين الخشنة والدقيقة أو ذات تبلور جزئي أو في حالة تشبه السيليكات غير المتبلورة، وقد يوجد الكوارتز على شكل ثديي أو في شكل أعمدة الاستلاب السارية أو على هيئة كتل متماسكة في عروق متداخلة بين الصخور الأخرى، وتكون تلك العروق حاملة لخامات بعض الفلزات عادة. كما يوجد المعدن على هيئة هشيم في الرمال، كما يحتوي صخر الجرانيت على بلورات من الكوارتز. وتوجد بلورات الكوارتز الشفافة عديمة اللون في جبل أبو ديبا بالصحراء الشرقية. وتوجد عروق المرو منتشرة في الصحراء الشرقية، ومنها ما هو محمل بخامات الذهب والقصدير والتونجستين والموليبدين،

ومن المحتمل وجود الخامات المشعة وخامات الفلترات الأرضية النادرة في تلك العروق .

الكوارتز الصناعي :

أمكن تحضير بلورات من الكوارتز من تبريد مصهور السيليكات في وجود كلوريد البوتاسيوم أو كلوريد الليثيوم أو حامض الفاناريك أو تونجستات الصوديوم كموامل مساعدة على تنشيط بلورة المعدن تحت درجة حرارة ٧٦٠°م .

استعمال الكوارتز :

يستعمل الكوارتز النقي الشفاف عديم اللون في عمل البصريات الجيدة . والكوارتز من المواد الهامة في مكونات الزجاج وتزجيجات الخزف . كذلك يصنع من الكوارتز بعد صهره مشغولات تقاوم التغيرات الحرارية مثل الأفران وأوعية المعامل الكيميائية . وأهم فوائد استعمال الكوارتز في العجان الطينية هي تخفيفه للشغول وخفض معامل انكماشه ، وقليل منه يسهل تشكيل العجينة بطريقة القالب ، كما يسهل عملية تجفيف المشغولات الطينية ، كذلك يجعل وجود الكوارتز في الأجسام الطينية من تفاعلات مراحل التزجيج في أثناء التسوية ، لذلك يضاف للكوارتز على هيئة شديدة النعومة لتحقيق هذا الغرض :

التأصل البلوري لمعادن السيليكات :

توجد السيليكات المتبلورة على عدة أشكال بلورية مختلفة ، تتفاوت في

معاملات التمدد الحرارى وفي بعض الخواص الطبيعية الأخرى مع ثبات التركيب الكيميائى فى جميعها . وتتحول كل صورة من هذه الصور البلورية إلى الصور الأخرى فى درجات حرارة معينة تسمى درجات حرارة التحول أو درجات حرارة الانتقال . وتسمى هذه الحالة من تعدد صور بلورات مادة ذات تركيب كيميائى واحد مع إمكان تحويل صور المادة البلورية المختلفة بعضها إلى البعض بظاهر التآصل البلورى . ويرجع سبب اختلاف صور البلورات للمادة الواحدة إلى اختلاف التوزيع الجزيئى فى كل صورة بلورية عن الأخرى .

وتشمل الصور التآصلية البلورية للسليكا المعادن الآتية :

الكوارتز الألفى :

وهو الصورة الثابتة لبلورات السليكا تحت درجة 573°م وبلوراته ضخمة توجد فى عروق البجائيت .

الكوارتز البائى :

وهو الصورة الثابتة لبلورات السليكا بين درجتى حرارة $573-870^{\circ}\text{م}$ وبلوراته دقيقة تكون معظم الجرانيت الدقيق الحبات والجرانيت البجائيتى والأبلت والبورفيريت .

التريديميت :

وهو الصورة الثابتة لبلورات السليكا بين درجتى حرارة $870-1470^{\circ}\text{م}$ والمعدن ذو بلورات هشة ، تبلغ صلابتها ٧ ، وثقلها النوعى $2.28-2.33$ ذات بريق بين الزجاجى واللؤلؤى عديم اللون أو أبيض شفاف . وبشبه

التريديميت الكوارتز في الخواص الحرارية فقط ، ويختلف عنه في معامل التمدد الحرارى إذ يرتفع في معدن التريديميت :

كذلك يشبه المعدن الكوارتز في الخواص الكيميائية فقط ، ويذوب التريديميت في محلول كربونات الصوديوم عند درجة الغليان، والتريديميت معامل انكسار مقداره ١٤٦٩-١٤٧٣ وله خواص ضوئية موجبة . والمعدن صورتان تأصليتان هما التريديميت الألفى والتريديميت البأى .


الكريستوباليت :

وهو الصورة الثابتة لبلورات السيليكات فوق درجة حرارة ١٤٧٠°م ويبلغ ثقل المعدن النوعى ٢٢٧ ، ومعامل انكساره ١٤٨٦ . وللكريستوباليت صورتان تأصليتان هما الكريستوباليت الألفى والكريستوباليت البأى .

ويبين الشكل رقم (١)^(١) درجات حرارة تحول الكريستوباليت في حالاتها غير المستقرة وعلاقتها بدرجات حرارة ثبات وتحول صور السيليكات البلورية الأخرى .

ومن الملاحظ وجود جميع صور السيليكات المتبلورة مجتمعة في درجة الحرارة العادية في كثير من الحالات ، وذلك على الرغم من وجود صورة واحدة منها ثابتة فقط في تلك الدرجات . ويرجع السبب في ذلك إلى بطء عملية التحول من صورة بلورية إلى أخرى ، وذلك لبطء حركة الجزيئات بطناً كبيراً داخل

(١) ماك دويل « مراجع عنه » : تطورات معهد هندسة المناجم الأمريكى ، ٣٠٠٣ ،

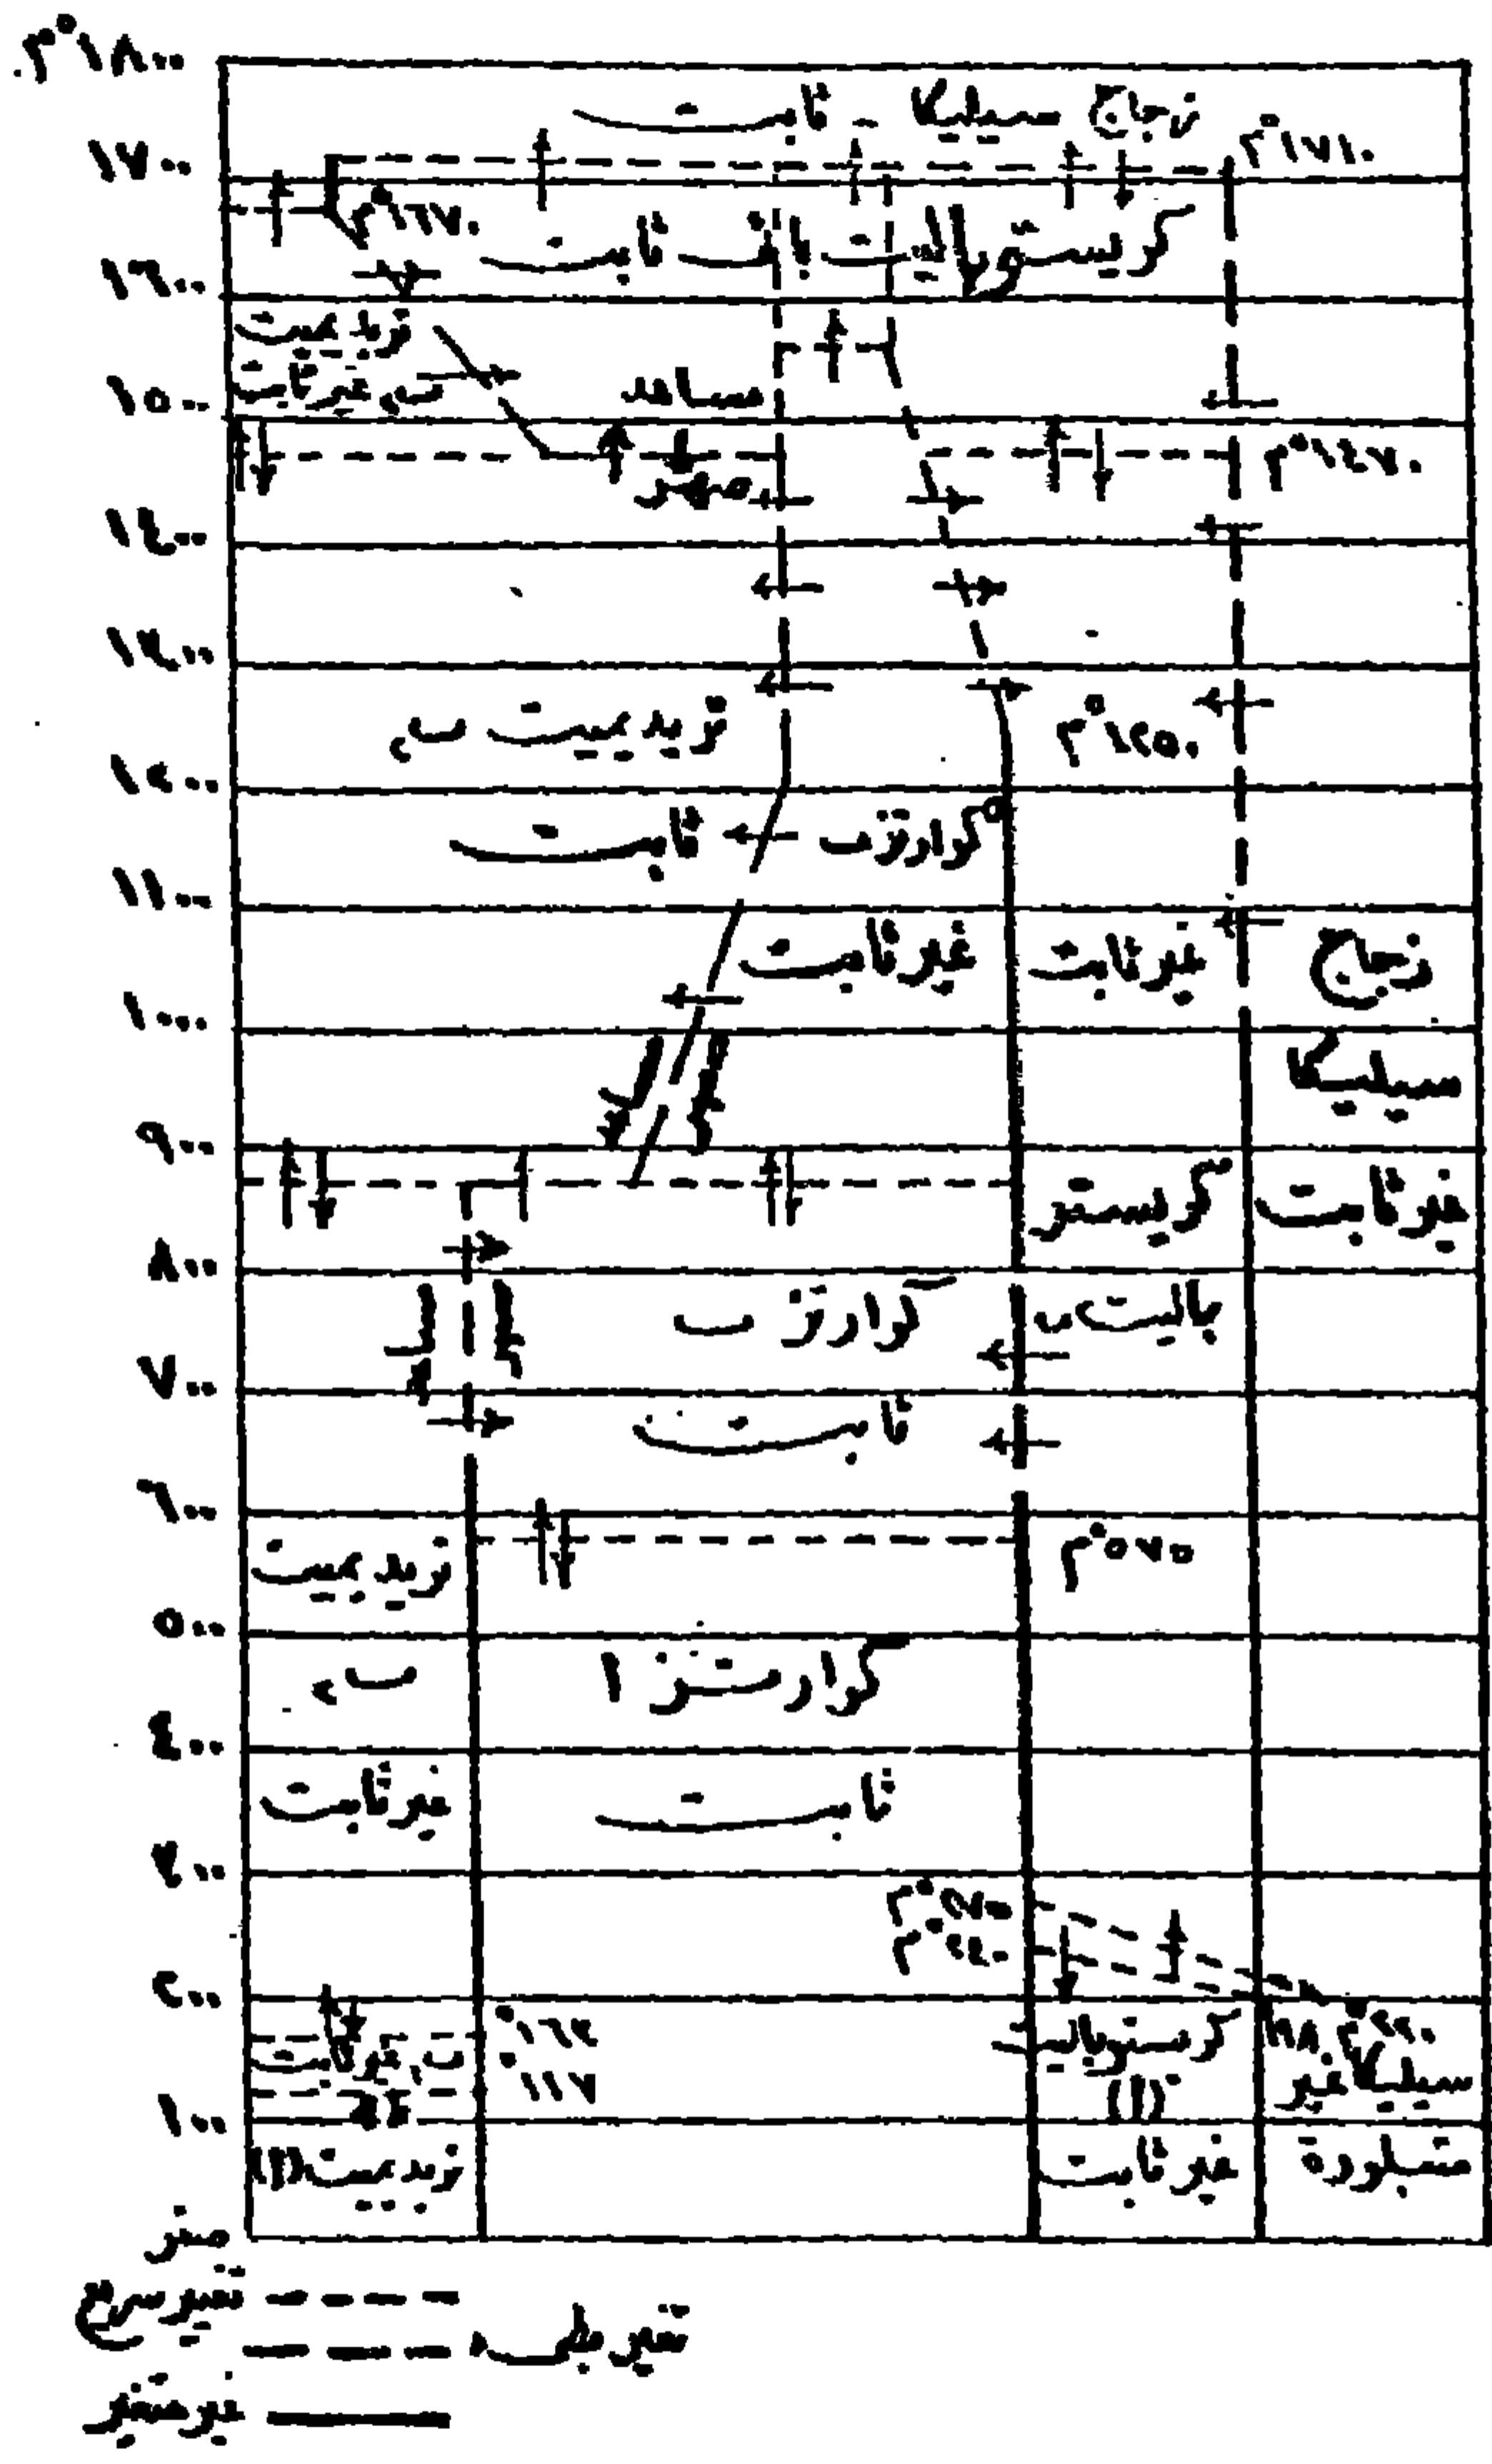

(شكل رقم ١)
 التآصل البلوري بين معادن السيليك

البنية المتبلورة . عند إعادة توزيع هذه الجزيئات في الصورة البلورية الجديدة .
ويمكن ببطء حركة الجزيئات هذه من الاحتفاظ بوجود أكثر من صورة
من الصور البلورية في درجات الحرارة العادية مع استمرارها مدداً طويلاً جداً
على حالاتها غير المستقرة ، هذا مع احتمال تحويل الحالات غير الثابتة إلى
الصورة الثابتة في أية لحظة .

أنواع الكوارتز :

عندما يختلط الكوارتز ببعض الشوائب أو المعادن الأخرى ولو بكميات
صغيرة يكتسب ألواناً جديدة تسمى بأسماء مختلفة . ومن أهم أنواع الكوارتز هي :

الجمشت :

وهو كوارتز ذو لون بنفسجي أو قرنفلي لوجود المنجنيز الغروي به .
ويستعمل المعدن مجوهرات . ويوجد الجمشت في مصر قرب جبل أبو ديبا بين
مناجم واصف وأم الحويطات بالصحراء الشرقية .

الكوارتز الوردى :

وهو كوارتز ذو لون قرنفلي ياهت جميل ، يرجع لونه إلى وجود التيتان به .
ويبهت لون المعدن في الضوء ولكنه يعود إلى بهائه عند غسله بالماء . ولا يوجد
منه في مصر ، وإنما يوجد في فرنسا واليابان حيث يستغل كمجوهر .

الكوارتز المدخن :

ويستخدم مجوهرات . ويحتوى على شوائب عضوية تسبب له ألواناً صفراء
وبنية مدخنة ، وقد تكون سوداء .

الكوارتز اللبني :

وهو في لون اللبن ، وذلك لوجود فقائيع غازية غروية منتشرة في المعدن .
وهو كثير الانتشار في الصحراء الشرقية على هيئة عروق بعضها يحمل بانخامات
الفلزية ، ويستخدم مسحوق الكوارتز اللبني بكثرة في الصناعات الزجاجية
والخزفية .

عين الهر :

أو عين القط ، وهو كوارتز ذو بنية ليفية ، يستخدم كجواهر .

عين النمر :

ويشبه عين الهر إلا أنه أغم منه لونا لوجود أملاح فضية منتشرة داخله .
ومن أنواع الكوارتز ما يشبه في لونه بعض الجواهرات مثل التوباز
الكاذب وهو بلون الكريم ، ويختلف عن مجوهر التوباز في أن صلادته ٧ في
حين أن صلادة الجواهر الأصل ٨ . وكذلك الزفير أو السفير الكاذب وهو
ذو لون أزرق يشبه مجوهر الزفير لكنه يختلف عنه في الصلادة التي تبلغ في
الجوهر الأصلي ٩ . والكوارتز النجسي وهو كوارتز متشعب البنية .

معادن السيليكات التيلور الجزئي :

توجد السيليكات في بعض أنواعها الطبيعية على هيئة غير متكاملة البلورات، وهي
في حقيقة أمرها سيليكات رسبت من محاليل هلامية . وتقل كثافة هذه المعادن عن
كثافة الكوارتز إذ تبلغ ٢٦٠٠ . كذلك يرتفع معامل تمدد هذه المعادن الحراري

عن معامل تمدد الكوارتز ، كما يختلفان في معامل الانكسار ، وتنخفض الصلادة .
ومن أهم معادن السيليكات ذات التبلور الجزئي :

العقيق الأبيض :

ويسمى أيضاً عقيق انبثاء العذبة ، إذ أنه ترسب فيها . والمعدن ذولون
رمادي فاتح أو أصفر باهت أو أبيض سماوي وقد تشوبه مسحة بنية ، له بريق
شمعي شفاف أو ذو شفافية جزئية . يحتوي على شوائب من الأوبال . ثقله
النوعى ٢٦ — ٢٦٤ . له خواص ضوئية سالبة . ويستعمل العقيق الأبيض
كنصف مجوهر . ويوجد منه في الصحراء الشرقية قرب القصير .

العقيق اليماني :

وهو معدن سيليسي في طبقات ملونة بالألوان الحمراء والصفراء والزرقة
والبنفسجية . ويوجد على هيئة جلاميد في شبه جزيرة العرب والهندوسكسونيا
وبافاريا ، ومنه ما يوجد في مصر بوادي أبو جريدة . والمعدن نصف مجوهر ،
وتصنع منه بعض أدوات وأوعية التحليل الكيميائي .

العقيق الأحمر :

أو معدن الكارنيليان ، وهو نصف مجوهر .

معادن السيليكات غير المتبلورة :

وهي معادن سيليسية ذات بنية حجرية غير متبلورة وغير شفافة ، ذات ثقل
نوعى يزيد على ثقل الكوارتز النوعى ، معتمة ضوئياً . ومن أهم هذه
المعادن :

اليشب :

وهو سيليكات مختلطة بمواد طينية وحديدية ذات ألوان خضراء أو حمراء معتمة . واليشب المصري ذو روتق مجزع جميل ، يستخدم كصنف مجوهر ، ويكثر وجود المعلق في الصحراء بين رواسب الجلاميد والحصى من العصر الأوليجوسيني ، وأهم مناطقه وادي أبو جريدة . ويجب عدم الخلط بين معدن اليشب هذا واليشب الصيني ، أو كما يسميه الناطميون البازهر هو مادة من الطين المسوي .

الزلط :

وهو معدن مكون من سيليكات غروية مختلطة بمواد طينية . ويوجد على شكل جلاميد ، ذو مكسر محاري حاد قاطع ، كان يستخدم في العصور الحجرية للقطع والأسلحة . ويولد الظلظ عند طريقه شرراً كان يستخدم في إشعال النيران ، ويستخدم الزلط في أعمال الرصف وفي عمل خرسانة البناء . ويكس الزلط للتخلص مما به من ماء ويطحن ليستعمل كمادة سيليسية في مكونات الزجاج الخزف . ومن أنواع الزلط الشيرت والحجر القرني .

الأوبال :

أو الحجر اللبني أو عين الشمس . ويتركب من سيليكات مائية : $Si_2O_3 \cdot nH_2O$ ، حيث (ن) عدد جزيئات الماء . ويوجد الأوبال على عدة ألوان مختلفة أهمها الأبيض والأصفر الباهت . ويعطى المعدن ألواناً مختلفة حسب اتجاه الضوء الواقع عليه . وبريقه أقل من البريق الزجاجي ، ويبلغ ثقله النوعي

٢٢٢ يستخدم النوع المشع للضوء في صناعة المجوهرات . ومن أنواع
المعدن أوبال الخشب، وهو ذوبنية خلوية كبنية الخشب حلت السيليكات المائية محل
الخشب بمضى الزمن . والأوبال ذو مكسر محارى ، تبلغ ، صلابته ٥ر٥ -
٦ر٥ ، ومعامل انكساره ١ر٤٣

ومن أنواع الأوبال معدن الهيدوفين وهو نوع تزداد شفافيته عند غمره
في الماء .

الصخور الرملية^(١)

وهي تكوينات غير متجانسة من السيليكات . وأهم الصخور الرملية هي :

الرمال :

يطلق الإسم على كل صخر متفكك غير متماسك يتراوح قطر حباته بين
٢ر٥ ملليمتر إلى ٠ر١ من الملليمتر . وتقسم الرمال حسب أبعادها إلى ثلاثة
أنواع هي :

١ - الرمال الخشنة : وهي ما تراوح قطر حباتها بين ٢ر٥ ملليمتر إلى
٠ر٧٥ من الملليمتر .

٢ - الرمال المتوسطة : وهي ما تراوح قطر حباتها بين ٠ر٧٥ إلى
٠ر١٠ من الملليمتر .

(١) نيريل : مبادئ البترولوجيا ، ١٩٥٠ - ٢٠٢ ، ٢٠٨ - ٢١٠ ، ١٩٢٨ .

٣ — الرمال الناعمة أو الرفيعة أو الدقيقة وهي ما تراوح قطر حباتها بين

١٠٠ — ١٠٠٠ من المليمتر .

ويتكون الرمل إما في مياه ضحلة قليلة العمق قرب الشواطئ وإما في بطون الأنهار وإما على سطح الأرض في الصحارى . ومن الرمال ما ترسب عند نهاية الثلجات . وتختلف الرمال في شكل حباتها ، ويرجع هذا الاختلاف إلى أصل تكوين الرمال . فالرمال المتكونة في مجارى الأنهار أو على شواطئ البحار تكون حادة الحواف غير مستديرتها وذلك لاحتكاك بعضها ببعض في اتجاه واحد في طريق حركتها ، أما الرمال المترابكة من جراء فعل الرياح في الصحارى مثلا فتكون مستديرة الحبات .

وتختلف الرمال من حيث تكوينها ، وتتكون أغلب الرمال من حبات الكوارتز مختلطة بحبات معادن أخرى كالفلسبار والهورنبلند والأوجيت وقشور الميكا ، نتيجة تفتت الصخور الجرانيتية دون أن تتحلل المعادن المذكورة ، وهناك من الرمال ما يتكون من فتات الأحجار الجيرية والمحارات البحرية الصغيرة ، ومن أمثلة هذه الرمال رمال الكشبان الممتدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرب الإسكندرية والتي ترى في الدخيلة قرب المكس وفي مرسى مطروح .

ويختلف لون الرمال كثيراً على حسب المادة المكونة لها . وقد تكتسب الرمال ألواناً حمراء أو صفراء لوجود أكاسيد الحديد على هيئة أغشية رقيقة حول الحبات ، وذلك كما في الرمال الحمراء والصفراء المستخرجة من محاجر الجبل الأحمر بالعباسية .

وتوجد الرمال موزعة على مساحات كبيرة جداً في جميع الصحارى المصرية، وقد تكون على هيئة كثبان كما في صحراء الجبل الأصفر أو على شكل هلالى يسمى « برخان » ومن هذه الكثبان ما يوجد قرب الشواطئ المصرية .

والرمال الاقتصادية هي الرمال البيضاء النقية أو ذات الألوان الجذابة . ومن مناطق الرمال النقية جبل أبو دربة على الشاطئ الشرقى لخليج السويس ورأس أبو درج على الشاطئ الغربى للخليج ، كما توجد في المعادن عند بير النجم . ورمل هذه المناطق من النوع الأبيض تبلغ نسبة السيليكا فيها ٦٦٧ ٪ وتحتوى على ٦٧ و ٠ ٪ ألومينا و ٥ و ٠ ٪ أكسيد حديدك و ١١ و ٠ ٪ مواد عضوية مع ٢ ٪ رطوبة . وتوجد أتقى أنواع الرمال الطبيعية في ألمانيا قرب « اكس لاشابل » ، وفي « نيفلشتين » كما توجد في « فونتين بلو » في فرنسا، كذلك توجد رمال نقيه في إنجلترا وبلجيكا وأستراليا . وتوجد طبقات سميكه هائلة من الرمال البيضاء النقيه في ولاية « بنسلفانيا » وفي « بيركشير » بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتبلغ نسبة السيليكا في رمال بنسلفانيا نحواً من ٩٨ و ٨ - ٩٩ و ٧ ٪ وهى ذات لون أبيض طرية . وتستعمل الرمال البيضاء النقيه في صناعة الزجاج وفي خلطات التزجيج وفي مكونات العجائن الطينية لمشغولات الخزف الرافى . وتفضل الرمال الحرشة ذات الأطراف الحادة في إنتاج المشغولات الخزفية إذ تنتج بنية متينة مندججة الأجزاء . وتضاف الرمال في عجائن الطين لخفض لزوجيتها في صناعة طوب البناء ومنتجات الفخار الأحمر ، ويفضل استعمال الرمال المحتوية على رقائق الميكا عن المحتوية على حبات الفلسبار في إنتاج المشغولات ذات درجات حرارة التسوية المنخفضة ، إذ تنصهر رقائق

النيكا أسرع من انصهار خبات الفلسبار المستديرة . ويستعمل الرمل العادي في عمل أنواع الملاط، ويفضل منه ما كان متوسط الحبات غير مستديرها . والخالي من الأتربة والمواد الحديدية، ومن أفضل محاجر رمال البناء رمال الجبل الأحمر والبساتين وما يوجد في الجزائر التي تظهر في النيل عقب الفيضانات .

الحصى والجلاميد :

الحصوة كتلة من صخر يتراوح قطرها بين عشرة سنتيمترات و ٢٥٠ ملليمتر . ويطلق اسم الحصباء على الأنواع الكبيرة من الحصى . أما الجلود فهو كل ما زاد في قطره على عشرة سنتيمترات ولا يتجاوز الخمسين سنتيمترا . وتتركب مواد الحصى والجلاميد من السيليكا عادة ، إلا أن التركيب الكيميائي ليس أساساً في التسمية كالأحجام .

ويوجد الحصى والجلاميد إما على سفوح الجبال وإما عند أقدامها، وفي بطون الأنهار والوديان كما يوجد على امتداد بعض الشواطئ، وما يوجد من حصى وجلاميد عند سفوح الجبال يكون حاد الطرف، أما ما يوجد منها في بطون الوديان فهو مستدير أملس، وقد وجد من الأنواع الأخيرة تحت التربة الزراعية وفي وادي النيل على عمق نحو عشرين متراً . وينتشر الحصى فوق مساحات شاسعة على حافة الصحارى وفي طريق القاهرة والسويس في تكوين العصر البليوسيني . كذلك يوجد الجلاميد في نفس المناطق وقرب شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرب الإسكندرية وفي صحراء مصر الجديدة في تكوين العصر الأوليجوسيني . وأجود محاجر الحصى والجلاميد هي محاجر الجبل الأحمر بالعباسية . ويستعمل الحصى والجلاميد في أعمال البناء وفي تجهيز الخرسانات .

ويستعمل النقي منه في صناعة الزجاج و خلطات التزجيج ومعجائن الطين، وذلك بعد سحقه ، بأن يسخن إلى درجة الاحمرار ثم طفيه في الماء ليتفتت ثم يجرش يطحن .

الحجر الرملى :

صخر رسوبى متكون من حبات من الكوارتز ممسك بعضها بعضاً بمواد أسمنتية مختلفة . وتكون المواد الأسمنتية جيرية في الحجر الرملى الجبرى مثل الجانيسيت الذى يستخدم كثيراً في صناعة الحراريات ، وقد تكون مادة التماسك سيليسية أو حديدية . وتختلف صلادة الأحجار الرملية بعضها عن البعض وذلك باختلاف نوع المادة الأسمنتية ومقدارها . كما تختلف مسامية تلك الأحجار تبعاً لحجم حباتها ، فيكبر حجم المسام بـكبر حجم الحبات : وتفضل الأحجار الرملية الطرية الخالية من الحديد في صناعة الزجاج ومواد التزجيج والمعجائن الطينية . ومن أهم أنواع الأحجار الرملية المعروفة في مصر :

الحجر الرملى النوبى :

وهو طبقات من الحجر الرملى تغطى مساحات كبيرة في جنوب مصر وبلاد النوبة وفي كل من الصحراء الشرقية والغربية ، كما توجد منه تكوينات في أواسط شبه جزيرة سيناء وبنى قداماء المصريين من هذه الأحجار بعض معابدهم في أسوان وجنوبها ، كما نحتوا فيه بعض هياكلهم كالهياكل الموجودة في السلسلة وأبى سنبل .

حجر الخرسانة :

وهو حجر رملي شديد الصلادة يتكون من حبات رملية متماسكة بمواد سيليسية حديدية . والحجر صالح في أعمال رصف الطرق وأساسات المباني في الجهات الرطبة . ويوجد الحجر في الجبل الأحمر بالعباسية .

الكوارتزيت :

وهو صخر متحول يتكون من مادة سيليسية متماسكة تجمدت من مصهور على هيئة بلورات من الكوارتز ، والصخر عديم التشقق له بريق زجاجي .

ولا يلين الصخر في لهب البورى ولكنه ينصهر ببطء عند خلطه بالبورا كس مكوناً مصهوراً زجاجياً رائعاً . كذلك ينصهر عند خلطه بالصودا محدثاً فوراناً . ولا تتأثر مادة الصخر بمركبات الفوسفور وهو لا يذوب في حامض الأيدروكلوريك ، وهو قليل التأثير وبطيئة بالمحاليل القلوية . ويزوب الصخر فقط في حامض الأيدروفلوريك . ويزيد فعل المواد السابقة في الأنواع غير المتبلورة أو المبتدئة التبلور من الصخر . ويتحول مصهور الصخر إلى سيليسكا الأوبال عند التبريد . ويبلغ ثقل الصخر النوعى ٢٢٢ .

وتستعمل الأنواع الطرية من الكوارتزيت في صناعة الزجاج بعد تفتيتها بالتسخين والطنفي في الماء ثم تنعيمها إلى مسحوق . كذلك يستعمل المسحوق في خامطات التزجيج ومجائن الطين كمادة سيليسية .

الجائسيريت :

وهو سيليكات هلامية شديدة التماسك توجد في شكل زهور القنبيط حول النافورات الطبيعية الحارة في أيسلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية . والجائسيريت سيليكات هلامية ترسبت من محاليلها في المياه الساخنة فوق درجة حرارة ١٠٠ م . داخل القشرة الأرضية ، والتي عند ارتفاعها إلى سطح الأرض ترسبت منها السيليكات الهلامية ، ثم تحولت بعد ذلك إلى صخر أبيض مسامي صلد .

الطينة الدياتومية (١) :

وتسمى أيضاً الكيساجور وهو صخر سيليسي من أصل عضوي تكون نتيجة ترسيب هياكل طحلب الدياتوم السيليسية ، والنبات ميكروسكوبي . والكيساجور صخر مسامي غروي يذوب في الأحماض والقلويات على السواء . ويتكون الصخر من دقائق السيليكات غير المتبلورة مع شوائب من الألومينا بنسبة ١ - ٤٪ وأكاسيد حديد بنسبة ٥ - ٠ - ٤٪ وأكاسيد الفوسفور بنسبة صفر - ٢٪ وتيتانيا بنسبة ٠٨ - ٠٢٨٪ وجير بنسبة ٠٣ - ٠٥٪ ومواد كبريتية بنسبة ٠٣ - ٠٣٪ وذلك في غالب الأنواع . وتتراوح نسبة السيليكات بالكيساجور ما بين ٧٠ - ٩٠٪ ، وذلك مع نسب متفاوتة من ماء متحد بالسيليكات . والكيساجور مادة سهلة الانصهار ذات مسام تمتص نحو ثلاثة أمثالها حجماً من السوائل . وللكيساجور استعمالات

(١) صخور الكيساجور . أندرسون ، ماك. كارتني ، دول وهوفر . مجلة الكيمياء الصناعية والهندسية ١٦١٨ - ١٦٢٨ ، ٣٩ (١٢) ديسمبر ١٩٤٧ .

صناعية كثيرة ، فيستعمل مسحوقه في أغراض الصقل والتلميع ، وفي صناعة
الأسمنت والزجاج والعوازل الحرارية ، وكادة ممتصة .

ويوجد الكيسلجور في مصر في شمال بركة قارون وفي غرب الفردقة ،
والنوع الأول أتقى من الثاني .

الطرابلسي :

وهو طفل دياتومي دقيق الجسيمات يوجد في شمال أفريقيا . وللصخر ملمس
خشن ، أصله من الزجاج يחדشه عندما يمتك به . ويتركب الصخر من نحو ٩٩٪
سيليكاهلامية غير متبلورة مع شوائب من الجير والألومينا وأكسيد الحديد
وماء ومواد متطايرة . وتفقد الصخور الماء عند تسخينها ولا تنصهر في لب البوري
لكنها تعتم ويحمر لونها عندما تحتوى على أكسيد الحديد . ويزوب الطرابلسي
في حامض الأيدروفلوردرريك بدرجة أسهل من ذوبان الكوارتز فيه ، كذلك
يزوب في المحاليل القلوية . وتعمل الصخور في أغراض الصقل والتلميع
والتنعيم .

الكريوليت^(١)

يتركب المعدن من فلوريد الألومنيوم والفلوريدوم . لو قل ٣ : ١ ص قل .
ويوجد في الطبيعة على عدة ألوان متفاوتة منها الأبيض والحمر والأحمر
الطوبي والبنى ، كما يوجد منه الأسود اللون . ويوجد الكريوليت في جرينلاندا ،

(١) دانا : علم المعادن ، ١٩٣٢ ، ٤٦٥ ، ١٩٣٢

كما يحضر صناعياً لاستعماله مساعد صهر ، ويسبب المعدن عند وجوده في وسط زجاجي عتامة بيضاء له .

وبلورات المعدن من النظام المكعبي ويتحول عند تسخينه إلى درجة حرارة 750°م . إلى صورة بلورية مكعبية أخرى والمعدن هش ، صلابته $2ر5$ ، ويبلغ ثقله النوعي $2ر95 - 3$ ، ويتراوح بريقه من الزجاجي إلى الدهني ، وللبعض الأنواع بريق ثؤلوي ، والمعدن شفاف أو ذو شفافية جزئية ، وله خواص ضوئية موجبة ، وهو يقرب في معامل انكساره من معامل انكسار الماء ، فيبلغ في ذلك $1ر3485 - 1ر3389 - 1ر3396$ ، لذلك فهو يمتص عند غمره في الماء . وينصهر المعدن في طب الشمعة أي ما يقرب من 550°م . ويعطى الكريوليت اختبار الفلوريدات عند تسخينه مع بي كبريتات البوتاسيوم ، ويلون الذهب بلون أصفر غزير ، وعند تسخينه على كتلة فحم الخشب يتحول إلى خرزة رائعة تغم عند تبريدها وتتصاعد عند التسخين أبخرة من الفلور الخانق ، وما يتبقى منه على الفحم يعطى كشف تينار . ويدوب المعدن في حامض الكبريتيك مع تصاعد فقائيع دهنية المظهر من غاز فلوريد الأيدروجين .

الفلورسبار

يتركب المعدن من فلوريد الكالسيوم : كال فل 2 ، وهو عديم اللون ، وقد يكون أبيض أو أخضر أو قرنفلياً أو أصفر أو أزرق . والمعدن ذو بريق زجاجي ، شفاف إلى جزئي الشفافية ، تبلغ صلابته 4 ر ، و ثقله النوعي 3 - $3ر25$ وينصهر الفلورسبار في درجة حرارة 902°م ، ويتجمد مصهور المعدن على هيئة مينا بيضاء رمادية . ويستعمل الفلورسبار لانخفاض درجة

حرارة انصهاره كمساعد صهر في صناعة الفلزات وفي خلطات المينا ، كذلك يستعمل في صناعة الزجاج وكماة من مواد الصقل، وتستعمل الأنواع الملونة منه في عمل الزهريات ذات اللون الأزرق . ويطلق على الفلورسبار الأزرق إسم معدن جون الأزرق . ويوجد الفلورسبار في وادي العنيجي بالصحراء الشرقية .

المواد الجيرية (١)

وهي مركبات الجير أو أكسيد الكالسيوم الطبيعية . وتوجد على هيئة صخور بيضاء اللون إذا كانت نقية . على أن منها ما هو أصفر أو أسمر أو أزرق أو أسود ، وذلك تبعاً لنوع ومقدار ما بها من مواد غريبة . وقد تكون الصخور الجيرية مندججة متماسكة عديمة المسام ، والقليل منها ضعيف التماسك مسامي البنية ، ومنها ما يحتوي على شقوق كثيرة . ومن أهم المواد الجيرية المستعملة في الصناعات الخرفية :

١ - الصخور الجيرية ، وهذه تتركب من مادة كربونات الكالسيوم كالكالسيوم . وأهمها الحجر الجيري والطباشير والرخام والمرمر . ومن أهم خواص تلك الصخور تأثيرها بالأحماض المخففة وحدث فوران مع تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون عند إضافة تلك الأحماض إليها .

٢ - مواد جيرية ماغنيسومية ، ويدخل في تركيبها عنصر الماغنسيوم

(١) تيريل : مبادئ البترولوجيا ، ٢٢٥ - ٢٢٩ - ٢٣٥ - ٢٣٩ ، ١٩٣٨ .

مع الكالسيوم كما في صخر الدولوميت ، من كربونات الماغنيسيوم فقط
كافي الماغنيزيت .

٣ — مواد جيرية تتركب من كبريتات الكالسيوم وهي الجبس
والأنهيدريت والمصيص .

الحجر الجيري :

وهو أكثر المواد الجيرية انتشارا في القشرة الأرضية . ويستعمل الحجر
الجيري في أعمال البناء وفي صناعة الجير والأسمنت وفي صناعة الزجاج . وينغلي
الحجر الجيري مساحات شاسعة في الأجزاء الشمالية من الصحراء الشرقية
والصحراء الغربية وطور سيناء ، كما يكون الهضاب الممتدة على جانبي وادي
النيل من القاهرة حتى قرب مدينة أدفو . وأهم مقالع الحجر الجيري
محاجر جبل المقطم والأهرام والعيساوية وأسيوط وجبل عتاقة والمكس .

الطباشير :

وهو صخر جيرى يمتاز ببياضه الناصع ولينه ومهولة تفتته ، بحيث
يترك أثراً أبيض على ما يلامسه . ويكثر وجود الطباشير في صحراء التيه بوسط
سيناء ، كما توجد منه أنواع نقية تصل فيها نسبة كربونات الكالسيوم إلى
٩٩ ٪ بجوار مدينة سمالوط بمحافظة المنيا . ويوجد الطباشير في تكوين
«الدانيان» من العصر الطباشيري . ويستخدم الطباشير في صناعة الزجاج وكادة
تبييض لعجائن الخزف وخططات التزجيج .

ومن الطباشير ما يحضر صناعيا من ترسيب أملاح الكالسيوم من

محايلها على هيئة كربونات ، والناجى مادة رخوة أو سهلة التفتيت إلى مسحوق شديد البياض والنقاء ، وتعرف باسم الطباشير الفرنسى أو الاسيداج البلدى .

الرخام :

وهو صخر جبرى متحول ذو بلورات شديدة التماسك . ومن الرخام ما هو ناصع البياض ومنه الملون والمجذع ومنه ذو الألوان المختلطة ، ولكل قيمته الفنية . وأهم محاجر الرخام العالية محاجر « كرارا » بجبال الأبنين بإيطاليا ، ويوجد الرخام فى مصر مختلطا بالطلق فى عروق بيضاء ، كما توجد منه ألوان أخرى من الأسمر والأحمر والأزرق والأسود ، وأهم مناطقه جبل سليم باشا ويعرف بالأسيوطى وهو رخام ملون معرق ، وتوجد منه أنواع ملونة بألوان الأخضر والأصفر السنجابى فى الجبال القريبة من مدينة القصير ، كما يوجد رخام أسود بمنطقة أسوان ، ومنه نوع أبيض فى وادى المياه جنوب طريق قنا - القصير ، ويقطع رخام معرق من محاجر أبو رواش قرب أهرام الجيزة .

ويستعمل مسحوق الرخام الأبيض كمصدر لأكسيد الكالسيوم فى مكونات الخرف وبعض خلطات التزجيج . وتستخدم شطف الرخام فى عمل مشغولات المزوقات « المزايكو » .

المرمر :

أو الآلاباستر انصرى ، وهو غير الآلاباستر العادى المركب من كبريتات الكالسيوم المائية المتبلورة . والمرمر صخر جبرى متبلور ناصع البياض متماسك مندمج ذو بريق حريرى . ويوجد المرمر فى وادى سنور بالصحراء الشرقية

قرب مدينة بنى سويف كما توجد منه أنواع فى الكوبرى بسيناء قرب أنسويس
ويستعمل المرمر فى أعمال الزينة ، وقد صنع منه قدماء المصريين بعض ألبيا كل
والتماثيل الجميلة ، كما صنعت منه أعمدة جامع العلمة .

الدولوميت :

ويتركب من كربونات الكالسيوم والماغنسيوم : (كا ، ما) ك_ا ،
بنسب تكاد تكون متعادلة من الفلزين . ولون الصخر أبيض وقد يكون
مصفرا أو بنيا ، بريق لؤلؤى ، ويبلغ ثقله النوعى ٢٨٨

وتتكون بعض الشعاب المرجانية من الدولوميت غير المتبلور . ويستخدم
الدولوميت فى البناء وفى صناعة بعض أنواع الجير والأسمنت ، كما يستعمل كمادة
حرارية قاعدية . ولا ينصح باستعمال الدولوميت فى خلطات عجائن الخرف ولا فى
خلطات التزجيج لتأثير الماغنيسيا الضار على نواتجها ، ويوجد الدولوميت فى
تلال عيون موسى والعساوية والحياون .

الماجيزيت :

ويتركب من كربونات الماغنسيوم ما ك_ا ، لونه أبيض عادة ، ذو بنية
ليفية وبريق زجاجى أو حريرى . والأنواع الطبيعية شديدة التماسك ذات بنية
طينية بيضاء معتمة ، تباغ أثقالها النوعية ٢٨٨ وقد تزيد على ٣ وتتراوح
صلادتها بين ٣٥ — ٤٥

ويوجد الماجيزيت فى الطبيعة على هيئة عقد أو عروق تتخلل صخور
القشرة الأرضية . ويكثر وجوده فى كاليفورنيا واليونان والهند ، وأهم مناجمه

في استيريا . ويوجد الماغنيزيت في مصر في مناطق البرامية في الصحراء الشرقية .

ويحضر الماغنيزيت أو كربونات الماغنيسيوم المترسبة من ترسيبها من محاليل أملاح الماغنيسيوم من فضلات بعض الصناعات الكيميائية ، والناج مسحوق خفيف يعرف بالمانيزيا البيضاء .

ويستعمل الماغنيزيت الطبيعي كمادة حرارية قاعدية هامة لكثير من الصناعات الفلزية وخاصة في صناعة الصلب .

الجبس :

ويتركب من كبريتات الكالسيوم المائية : $CaSO_4 \cdot 2H_2O$. وهو صخر متبلور تبلغ صلادته ٢ ، وثقله النوعي ٢.٣ ، عديم اللون ذو مظهر أو مسحوق أبيض ، له بريق لؤلؤي أو زجاجي شفاف إلى جزئي الشفافية . ويذوب الجبس بقلّة في الماء . ويخرج ثلاثة أرباع ما به من الماء المرتبط فيه عند تسخينه إلى درجة حرارة ١٤٥° م . متحولا إلى مادة المصيص . ويفقد باقي ما الارتباط إذا سخن إلى درجة حرارة ١٨٠° . متحولا إلى كبريتات الكالسيوم اللامائية ، وهذه لا تقبل العودة إلى المركب المائي بعد ذلك ، وتسمى الأنهدريت .

ويستعمل الجبس في صناعة المصيص ، كما يدخل في صناعة بعض أنواع الأسمنت . ويوجد الجبس في طبقات سميكة ممتدة في مساحات شاسعة ، وقد تتكون منه تلال متوسطة الارتفاع . وأهم محاجر الجبس في مصر هي مناطق فايد والبلاخ على قناة السويس ، كما يوجد في جبل مر ووادي غرندل وفي الغربانيات غرب الإسكندرية .

المصيص :

أو الجص أو عجينة باريس حيث حضر من أول مرة من جيس جبل «مارت» بالقرب من باريس ، ويتركب المصيص من ٢ كـب ا١ ، يد٣ ا١ .
والمادة ناصعة البياض ، وقد سبق الكلام عنها في أنواع الخزف المخلق .

المواد الاضافية

وهي المواد التي تضاف إلى مكونات عجائن الطين الأساسية للحصول على خواص معينة في تلك العجائن أو في أجسام المشغولات ، أو تكون ذات عمل مساعد في عمليات التشغيل . وأهم هذه المواد هي :

المواد الخشنة (١)

المواد الخشنة أجسام غير لازبة تضاف إلى العجائن الطينية لغرض الحصول على لازبية معتدلة صالحة للتشكيل ولتكوين مشغولات خزفية سليمة ذات مواصفات مناسبة لنوع الناتج بعد عمليات التجفيف والتسوية .

وتتكون المواد الخشنة من :

(١) حبات معادن طبيعية من الكوارتز والفلسبار وقشور الميكا وبلورات البيريت والأوجيت والهورنبلند أو فتات الحجر الجيري وغيرها من معادن الصخور الأصلية المتبقية في الطين من عمليات كولنتة الأولى ، أو مما اختلط به في أثناء انتقاله .

(١) سيرل : المواد الحرارية ، ١٤٠ - ١٤٦ ، ١٩٥٠ .

(٢) مساحيق الزنك والفلسبار التي تضاف إلى عجائن طينات الفخار الأبيض لتعديل لآزيتها .

(٣) مساحيق الزنك الكلس والطين المكس أو مساحيق الشقافة الناتجة من كسر بعض الأجسام في عمليات قسويتها . وتضاف هذه المواد إلى عجائن مشغولات الفخار الأحمر وإلى منتجات الطوب الحراري .

(٤) البواكسيت الكلس الذي يضاف إلى عجائن بعض المنتجات الحرارية ليرفع من قدرة احتماها للحرارة .

(٥) مجروش بلورات الموليت والكورند الذي يضاف عند صناعة بعض الحرارية لتعرض الحصول على بنية متداخلة مندمجة .

(٦) الكاربورند وهو كريد السيليكون : س ك . ويضاف على هيئة مسحوق خشن إلى عجائن بعض المنتجات الحرارية التي تتعرض عند استعمالها للاحتكاك الشديد ، وذلك لصلاة الكاربورندم العالية التي ترفع من قدرة احتمال الجسم المحتوي عليها على مقاومة عوامل الجليخ . كذلك يقلل الكاربورندم من تشويه شكل الجسم عند تسويته في درجات الحرارة العالية . وذلك لارتفاع درجات انصهاره التي تساعد المشغول على مقاومته لفعل الحرارة والاحتفاظ بشكله .

حجم المواد الخشنة وأشكالها :

يتراوح حجم حبات المواد الخشنة من تلك التي لا تمر في منخل يحتوي .

على ١٨٠ ثقباً في البوصة الطويلة إلى ما يصل إلى نصف بوصة في القطر .
ولا تستعمل الحبات الناعمة في أجسام المشغولات المعرضة للتغيرات الحرارية ،
وإنما يصاح استعمالها في الأجسام التي تتعرض لفعل المواد الآكلة والتهب
الأكال . ويفضل استعمال الحبات الحرسية ذات الحواف الحادة عن الحبات
المستديرة ، إذ يسبب إستعمال النوع الثاني إرتفاع نسبة المسامية في جسم
مشغولها وإلى تكوين سطح خارجي غير أملس .

فعل المواد الخشنة :

تعمل المواد الخشنة ذات درجات الانصهار التي هي أقل من درجات انصهار
المواد الطينية المكونة للجسم الطيني كساعات صهر تملأ الفراغات المسامية
بين أجزاء الطين مكونة البنية الزجاجية في الجسم الناتج بعد التسوية ، وذلك
كما في حالات استعمالها في المشغولات الخزفية الراقية .

أما المواد الخشنة ذات درجات الانصهار العالية عن درجات انصهار الطين
المكون لجسم المشغول فتعمل كهياكل للجسم بعد تسويته .

كذلك تستخدم المواد الخشنة لتعديل اللازمية الشديدة في عجائن بعض
الطينات مثل الطينة الكروية .

وتكسب المواد الخشنة المشغولات الخزفية صفات هامة تتخاض في الآتي:

(١) خفض نسبة الانكماش في الجسم عند تسخينه في عمليات التجفيف

والتسوية .

(٢) تخفض من مسامية الجسم المتكونة في عمليات التسوية .

(٣) تعمل على تقليل احتمال ظاهرة فورة التسوية في الأجسام .

(٤) تزيد عن متانة الناتج بعد التسوية .

(٥) تعمل على الحصول على سطح ناعم أملس للأجسام المسواه .

(٦) تزيد من احتمال الأجسام للتغيرات الحرارية الفجائية وخاصة من

المنتجات الحرارية .

تجهيز المواد الخشنة .

للمواد الخشنة إما أن تكون طبيعية موجودة في الطين من بقايا الصخور للكولة أو اختلطت به في عمليات الانتقال وإما أن تكون مجهزة صناعيا .

وتجهز المواد الخشنة الصناعية بإحدى الطرق الآتية :

١ - طحن المواد الطبيعية غير اللازمة إلى أحجام مناسبة ، وذلك كما في طحن الفلسبار والزلط ، ويطحن الأخير كما هو أو بعد تكليس .

٢ - تكليس أنواع من الطين وخاصة الطين الحرارى الجيد . ويجهز هذا النوع باختيار كتل الطين أو تشكيل عجائنه على هيئة كتل ، ثم تسوية الكتل داخل أفران أو قائن في درجات حرارية أعلى من درجات حرارة تسوية الأجسام التي تستعمل فيها . وقد تصل درجات حرارة تسوية تلك الكتل إلى ١٤٠٠ م . وذلك للحصول على مواد اجتازت جميع مراحل الانكماش التي من المحتمل أن تتعرض لها في عمليات تسوية أجسامها . ويراعى عدم ملامسة الوقود أو رماده للكتل الطينية في أثناء تسويتها ، لذلك يفضل استعمال الوقود الغازى في تسخين هذه الكتل .

ثم تفرز الأجسام السوادة لاستبعاد غير المتجانس منها أو التي يصيبها تغير في ألوانها . ثم تجرش الكتلة المفروزة بمجارش خاصة ، ولا ينصح بطحنها لتجنب تكوين حبات ناعمة أو مستديرة الحواف . ثم ينخل الناتج لفصل المساحيق الناعمة وتصنيفها حسب درجات خشونتها .

٣ - وقد يستعمل مجروش الشقافة أو الكسر الناتج من تشریح بعض المشغولات الطينية عند تسويتها . ومواد هذا النوع أقل جودة من المواد المجهزة خصيصاً لإنتاج المواد الخشنة ، وذلك لإحتواء تلك الشقافة وكسر المشغولات على السيليكات ومساعدات الصهر وبعض التزجيجات أو تكون ملوثة بنجث الأفران وغيره من شوائب ، مما يعمل على خفض الخواص الحرارية للناتج وإلى حدوث الانتفاخات في المشغولات المحتوية لها عند تسويتها ، كذلك تخفض تلك المواد الخشنة من إحتمال الجسم للتغيرات الحرارية .

٤ - صهر الطين إلى درجات حرارة مائة يتحول فيها إلى معدن المونيت الذي يتبلور من المصهور على هيئة بلورات منشورية .

٥ - تكليس البواكسيت أو صهره للحصول على معدن السكرند .

٦ - تحضير الكاربورند من اتخاذ الكربون بالسيليكات داخل أفران كهربائية .

استعمال المواد الخشنة :

تضاف المواد الخشنة بكميات وأحجام وأشكال تتوقف على نتائج التحليل الميكانيكي لنوع الطين المستعمل في التشغيل ، وعلى مواصفات

المشغول الناتج . كذلك تتوقف كميات وأنواع المواد الخشنة المستعملة على العوامل التي يتعرض لها الجسم الطبي والظروف الحرارية التي يمر فيها في عمليات التسوية .

كما يراعى خمول المواد الخشنة المستعملة كيميائياً حتى لا تؤثر في تركيب الطين المستعمل أو في العمليات الكيميائية الحادثة في أثناء تسوية أجسامها . كذلك يراعى عدم تأثير لون المادة الخشنة المستعملة على اللون المطلوب لجسم المشغول بعد تسويته .

الطلق^(١)

يتركب الطلق من سيليكات الماغنسيوم المائية : ٣ ما ، ١ يد ، ١٤ س . وهو ذو لون أبيض ومنه الأبيض الفضي أو الخضر أو الرمادي : وللمعدن بريق لؤلؤي وملسه دهني ، لين جداً يسهل تفتيته وسحقته ، ويبلغ ثقله النوعي ٢٧٧ — ٢٨٨ : وبنية المعدن صفحية . وعند ما يسخن الطلق في لهب البوري تنصهر أطرافه متحوّلة إلى مينا عند تجمدها ، وتقاوم هذه المينا فعل الأحماض والحرارة .

واللين الطلق يمكن نحته وتشكيله . ويدخل الطلق في صناعة الصيني ، كما تستعمل الأنواع الملونة في صناعة أوعية الطبخ كالأبرمة والطواجن النخارية لمقاومة المعدن للحرارة ، كذلك يستخدم الطلق في صناعة بعض أنواع الطوب الجراي ، كما يستخدم مسحوق الأنواع البيضاء في ترطيب البشرة وكادة موسعة في الدهان ويستعمل مثقلاً في بعض المنسوجات .

(١) رطلي : مبادئ علم للمعادن ، ٢١٦ ، ١٩٣٣ .

ومن أنواع الطلق :

الاستياتيت ، ويسمى أيضاً حجر الصابون ، وهو متكتل البنية ، ويشبه الطلق في معظم الخواص . وتستخدم ألواح من الاستياتيت في بطانة المواقد والأفران . ويشكل الاستياتيت بالنحت على هيئة أجسام وأدوات وقطع فنية وزخرفية ، وقد استعمل في هذه الأغراض بكثرة في الهند والصين . ويستخدم المعدن في صناعة البورسيلان وكبادة حرارية في صناعة فوهات المواقد الغازية . ويستخدم مسحوقه كمادة مشحمة للآلات وفي إزالة الشحم من الملابس .

حجر أوعية الطبخ : وهو نوع غير نقي من الطلق ، ذو بنية إردوازية وألوان خضراء رمادية أو قاتمة ، كما يوجد منه نوع ذو لون رمادي حديدي أو أسود بني . ويشكل الحجر في إيطاليا لعمل أواني الطبخ لمقاومته للحرارة ويسهل تشكيل الحجر بالخرط .

الإردواز الطلقي : وهو نوع من الطلق كثير الشوائب يشبه الإردواز

صابونة الخياط : وتسمى أيضاً حجر الطباشير الفرنسي وهي نوع من الاستياتيت يستخدم في تخطيط الملابس عند قصها .

ومن الاستياتيت ما يوجد في سانت لورانس بولاية نيويورك . ويقبل هذا النوع المحتمل ويكتسب سطحاً عالي البريق ، وتبلغ صلادته ٣ - ٤ . وتصنع منه الحابر والقطع الفنية . ويتراوح لونه بين الأبيض والأصفر ومنه الأسود .

ويوجد الطلق في وادي الحمامات ووادي خريط ووادي راضي والرابع
ويير أم ديزي ووادي أبو جوردي ويير الخبر ووادي العطشان وجبل
درهيب . كما يوجد الطلق في الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد التيرول .

سيليكات الصوديوم^(١)

تستعمل سيليكات الصوديوم التجارية كمادة إضافية من مواد الخرف
الأولية ، وتباع في الأسواق على هيئة محلول غليظ أو شرابي القوام تحت اسم
الزجاج المائي ، ويتكون من محلول سيليكات الصوديوم أو سيليكات البوتاسيوم
أو من كليهما . وليس للمادة التجارية تركيب كيميائي محدد ، ويقرب تركيبها
من ص ٢ س ٤ ، أما النقي منها فيتركب من ص ٣ س ٤ .

ويصنع الزجاج المائي من صهر مسحوق الكوارتز أو السيليكات الطبيعية
مع الصودا الكاوية أو كربونات الصوديوم ، وقد تستعمل كبريتات الصوديوم
مع إضافة نسبة صغيرة لا تتجاوز ٣ ٪ من مسحوق الفحم يساعد على إتمام
اختزال الكربونات أو الكبريتات . وتجرى عملية الصهر في أفران عاكسة
أو داخل بوابق صهر الزجاج . وتحتاج عملية الصهر إلى ٨ - ١٠ ساعات .
والنتائج من العملية مادة زجاجية شفافة أو ذات شفافية جزئية ، ذات لون قليل
الاحضرار من أثر ما بانخامات من حديد . ويطحن الناتج الزجاجي ثم يغلى في
الماء . ويفضل إجراء عملية الاذابة تحت ضغط في وعاء متين محكم الغلق .
ويستحسن إضافة كمية صغيرة من أكسيد النحاس أو أكسيد الرصاص لتحليل

(١) ثورتب : مختصر في الكيمياء الصناعية ، ٢٧١ ، ١٩٢٩ .

ميللور : الكيمياء غير العضوية الحديثة ، ٦٨٣ ، ١٩٢٩ .

أى كيه من كبريتيد الصوديوم تتخاف عن عملية اختزال الكبريتات .
وتستمر عملية الإذابة من ١٠ — ١٢ ساعة يسحب بعدها المحلول من الوعاء
ويرشح خلال منسوج ، ويترك بعد ذلك الترشيح ليركد . ثم يركز إلى أن
يبلغ ثقاه النوعى ٠١٧ . ويجب خلو الماء الزجاجى من شوائب الجير والأومينا
وغيرها .

كذلك يصنع الزجاج المائى من غلى السيليكافى محلول الصودا الكاوية
تحت ضغط يبلغ ٦٠ رطلا على البوصة المربعة لمدة طويلة . وتنتج هذه الطريقة
السيليكات المطلوبة مباشرة دون حاجة إلى تركيز كثير . وفى بعض الأوقات
بذاب راسب من السيليكافى الهلامية فى محلول الصودا الكاوية ثم يبخر المحلول
الناتج لتركيزه . كما يحضر الزجاج المائى من اتحاد مخلوط من كربونات الصوديوم
وكربونات البوتاسيوم بنسبة وزنيهما المكافئين ، والناتج فى هذه الحالة أكثر
ذوبانا من النواتج السابقة ، ويطلق عليه فى بعض الأوقات اسم الزجاج المائى
الثنائى الذوبان .

ويتخلل الزجاج المائى بسهولة بواسطة الأحماض وحتى ثانى أكسيد
الكربون يحلله إلى السيليكافى وملح قلوئى من الكربونات . وللزجاج المائى
تأثير قلوئى شديد ، يذيب فلزات الألومنيوم والحارصين مع تصاعد غاز الأيدروجين
وارتفاع فى درجة الحرارة . ويستعمل الزجاج المائى فى عجائن الطين لتخفيض كمية
الماء المستعمل فى العملية .

ويضاف إلى العجينة بنسبة ١٥ ٪ كذلك يستعمل الزجاج المائى كمادة
لاصنة لقطع الخرز أو الزجاج ، وكذلك فى لصق الأخشاب والجلود ، وفى ترميم
الآثار الحجرية وسد الشقوق بها . ويكثر استعمال الزجاج المائى كمادة إضافية

للصابون الأصفر وصابون الغسيل ، وكادة مثبتة للملونات عند طبع البفتة ،
وكادة حافظة للملونات في طلاء الآلافيسكو ، وكادة واقية من الحريق للأقمشة
والأوراق ، وكادة غير منفذة للماء والرطوبة ، ولحفظ البيض ، ووقاية
للمسوجات وسطح الأحجار المسامية ، كذلك يستعمل الزجاج المائي كادة
رابطة للمساحيق وفي صناعة الأحجار الصناعية .

صودا الغسيل

توجد المادة في بعض الرواسب المحلية في وادي النطرون بالصحراء الغربية .
وكانت تحضر من رماد احتراق الأعشاب البحرية المعروف باسم القلى . وتصنع
صودا الغسيل الآن من ملح الطعام بطريقة سولفاى ، وتتركب صودا الغسيل
من كربونات الصوديوم المرتبطة بعشرة جزيئات من ماء التبلور :
ص_٢ ك_٢ ، ١٠ يد_٢ ا . وتفقد المادة ماء تبلورها عند تسخينها أو تعرضها
للهواء . وتتحول عند فقدها لماء التبلور إلى مسحوق أبيض من كربونات
الصوديوم اللامائية . وكثيراً ما يباع الأخير على هيئة كتل أو أقراص صغيرة .
وتنصهر كربونات الصوديوم اللامائية في درجة حرارة ٨٥٠ م ، مع تحللها
قليلاً إلى أكسيد الصوديوم ، وتطير ثنائي أكسيد الكربون . ويتم التحلل
في درجات حرارة أعلى من ذلك .

ولكربونات الصوديوم قابلية اندوبان في الماء ومحلوها فيه ذو تأثير
قلوى . والمادة سامة الانصهار مع السيليكا .

وتستعمل صودا الغسيل أو كربونات الصوديوم اللامائية كمساعد صهر
في صناعة الزجاج وفي خلطات التزجيج . (وتضاف إلى عجائن الطين
بنسبة ٣٪ من وزن الطين ، ولها في ذلك فعل سيليكات الصوديوم .

الباب الثاني

أصل الطين وتكوينه

من المشاهدات التي لوحظت على طبيعة الصخور الطينية وارتباطها بالصخور النارية المكونة لها ، ومن الدراسات التي أجريت على التحاليل الكيميائية والبتروجرافية لكل من أنواع الصخور ، ومن نواتج الفحص الميكروسكوبي لقطاعات تلك الصخور التي أوضحت تسلسل عمليات التحلل ونواتجها ، وكذلك من التجارب التي أجريت للتحقق بما وضعه العلماء من فروض لتفسير تكوين الطين ، من كل هذه النواحي الأربع أمكن التعرف على عمليات تحلل الصخور النارية ونواتج تحللها ، وعلى التفاعلات والظروف التي أحاطت بهذه العمليات في غابر العصور الجيولوجية مما له أثره المفيد في دراسة الطين والتوصل إلى مدى صلاحيته وحسن توجيه استعماله في نواحي الصناعات الخزفية .

نظرة عامة في الصخور النارية :

تكونت الصخور النارية من تصلب مواد معدنية مصهورة في درجات حرارة عالية . وقد تصلبت تلك الصخور من مصهور مكوناتها على عمق

كبير تحت سطح الأرض ، ويعرف هذا النوع من الصخور « بالصخور النارية الجوفية » وتتصف هذه الصخور بوضوح وكبر بلوراتها ، ومن هذه الصخور الجرانيت والديوريت . وقد يكون تبريد المصهور قريباً من سطح الأرض بعد تداخله في صخور القشرة الأرضية على هيئة سدود وعروق ، وتسمى هذه الصخور الجرانيت والديوريت . وقد يكون تبريد المصهور قريباً من سطح الأرض بعد تداخله في صخور القشرة الأرضية على هيئة سدود وعروق ، وتسمى هذه الصخور « بصخور البجماتيت والأبلت » ، وهي ذات بلورات غير متساوية الحجم . ومثل هذه الصخور لها فرص تحلل أكبر من فرص تحلل الصخور الجوفية المستقرة في باطن الأرض . وذلك لتساعد كميات كبيرة من مواد متطايرة مختلفة من عمليات تجمد الصخور الجوفية ، والتي تترج مع مصهورات الصخور المتداخلة ، ولهذه المواد المتطايرة تأثير فعال في معادن الصخر إذ تتحول إلى مواد ثانوية من أهمها الكولين . ومن الصخور النارية ما تجمد بسرعة عند خروج مصهوره إلى سطح الأرض ، وتعرف هذه الصخور « بالصخور البركانية » وبنية هذه الصخور زجاجية أو دقيقة البلورات ومن هذه الصخور صخر البازلت .

ومن أهم الصخور النارية المكونة للطين هي .

الجرانيت :

وهو صخر ناري جوفي يتكون من معادن الفلسبار والكوارتز والميكا بصفة أساسية والجرانيت من الصخور النارية الحامضة التي تزيد نسبة السيليكا فيها على ٦٦٪ من تركيب الصخر .

البازلت :

وهو صخر ناري بركاني ذو لون أخضر قاتم شديد التماسك زجاجي البنية مع وجود بلورات دقيقة . ويتكون الصخر من معادن البلاجيوكليز والأوجيت . والبازلت صخر قاعدي تقل قيمة السيليكات عن ٥٢٪ .

معادن السيليكات :

تتركب الصخور النارية من معادن أهمها معادن السيليكات : والسيليكات أملاح الحامض السيليسيك . ويوجد نوعان من الحامض ، هما :

(١) حامض الأورثوسيليسيك : يد ، س ا ، أو ٢ يد ٢ ا ، س ا ٢ (١)

وتسمى أملاحه أورثوسيليكات، وفيها تحمل القواعد محل ماء الحامض وذلك بنسبة جزئين من القاعدة إلى جزئ من السيليكات . وقد تحمل قاعدة واحدة محل كل من جزئي الماء في الحامض ؛ ويطلق على هذا النوع من الأملاح بالأورثوسيليكات البسيطة . وقد تحمل قاعدتان محل ماء جزئ الحامض في الأملاح المعروفة باسم الأورثوسيليكات المعقدة . ومن معادن الأورثوسيليكات البسيطة معادن :

الفورستيريت ، وهو أورثوسيليكات الماغنسيوم : ٢ ما ا ، س ا ٢ .

والفياليت ، وهو أورثوسيليكات الحديدوز : ٢ ح ا ، س ا ٢ .

ومن معادن الأورثوسيليكات المعقدة :

معدن الجازنت أو المتيق ، وهو أورثوسيليكات الحديدوز والألمونيوم :

ح ا ، لو ٢ ا ٣ س ا ٢ .

(١) جرت العادة على كتابة القوانين الكيميائية للمعادن على هيئة أكاسيد العناصر للكثرة لها .

(٢) حامض الميتاسينيسيك : يد ٢ من ١ أو يد ٢ ، ١ ، س ١

وتسمى أملاحه ميتاسيليكات ، وفيها ترتفع نسبة السيليكات بحيث تكون نسبة عدد جزيئاتها إلى عدد جزيئات القاعدة كنسبة ١ : ١ .

ومن الميتاسيليكات ما هو من النوع البسيط ، وذلك مثل السيليكات القلوية كـ ميتاسيليكات البوتاسيوم : بو ٢ ، ١ ، س ١ ، وميتاسيليكات الصوديوم ص ٢ ، ١ ، س ١ . وتذوب السيليكات القلوية في الماء وتعرف محاليلها فيه بالماء الزجاجي . ولا توجد للسيليكات القلوية هذه معادن طبيعية

ومن معادن الميتاسيليكات البسيطة الموجودة في الطبيعة معادن :

الولاستونيت ، وهو ميتاسيليكات الكالسيوم . كا ١ ، س ١ .

والإنستانيت ، وهو ميتاسيليكات الماغنسيوم : ما ١ ، س ١ .

والسيلمانيت والأندالوسيت (السيانيت) ، ويتركب كل منهما من ميتاسيليكات الألومنيوم : لو ٢ ، ١ ، س ١ :

والزركون « الزرق » ، وهو ميتاسيليكات الزركونيوم ، كن ١ ،

س ١

ومن معادن الميتاسيليكات المعقدة :

مجموعة معادن البروكسين مثل معدن الأوجيت ، ويتركب من ميتاسيليكات كل من الكالسيوم والماغنسيوم : كا ١ ، ما ١ ، س ١ .

مجموعة معادن الأمفيبول مثل معدن المورنيلند ، ويتركب من ميتاسيليكات

كل من الكالسيوم والمغنيسيوم والحديدوز : كا ، ١ ، ٣ (ما ، ح)
٠ ٢١ س ٤٤١ .

(٣) تحت السيليكات :

وهي أملاح معادن تتركب من القواعد والسيليكات بنسب متوسطة بين نسب وجودها في الأورثوسيليكات والبيتاسيليكات . ويعتقد البعض أن هذه المعادن مخاليط من أملاح كل من حامض الأورثوسيليك و حامض الـبيتاسيليك .

ومن معادن تحت السيليكات البسيطة :

الموليت ، ويتركب من ثلاثة جزيئات من الألومينا مع جزيئات من السيليكات : ٣ لو ٢ ، ٢١ س ٢٠ . ومن معادن تحت السيليكات المعقدة : التورمالين ، ويتركب من تحت سيليكات كل من الحديدك والألومنيوم والبور :

١٠ ح ٢ ، ١٥ لو ٢ ، ٣ ب ٢ ، ١٢ س ٢١ (١) . أي بنسبة ثلاثة جزيئات أكاسيد قاعدية إلى جزيئين من السيليكات .

(٤) المعادن المتعددة السيليكات :

وهي معادن تتركب من سيليكات تزيد فيها نسبة عدد جزيئات السيليكات إلى عدد جزيئات الأكاسيد القاعدية في تركيبها على الواحد أي أكثر من

(١) حسب اقتراح نيجلي :

نسبة وجودها في الميتاسيليكات . وقانون جزيئات هذد المعادن هو : ط ا ، لو ٢ ا ٣ ، ن س ا ٢ . حيث ط رمز لفلز ، (ن) عدد يزيد على ٢ من جزيئات السيليكات .

والمعادن المتعددة السيليكات مواد معقدة التركيب تحتوي على الألومينا مع واحد أو أكثر من الأكاسيد القاعدية الأخرى . وهذه هي المعادن الأساسية المكونة للصخور النارية . وأشهر هذد المعادن وأكثرها انتشاراً بين تلك الصخور هي مجموعة معادن الفاسبار ، وتتركب من متعدد سيليكات الألومنيوم مع واحد أو أكثر من الأكاسيد القلوية أو القلوية أرضية عادة .

(٥) السيليكات المائية :

وهذه سيليكات تحتوي في تركيبها على عدد من جزيئات الماء المرتبطة بجزء المادة ارتباطاً غير ذري ولكنه ارتباط إضافي نتيجة لوجود قوى إضافية في جزيء المركب .

ومن السيليكات المائية ما هو بسيط متعدد السيليكات . وأشهر معادن هذا النوع هو المعادن الضئيلة المركبة من متعدد سيليكات الألومنيوم المائية . ويختلف عدد جزيئات السيليكات وعدد جزيئات الماء في المركب . والقانون الجزئي العام لهذه المركبات هو :

لو ٢ ا ٣ ، ن س ا ٢ ، م يد ا ٢ ، حيث (ن) عدد جزيئات السيليكات و(م)

عدد جزيئات الماء في المركب . وبين جدول كلارك^(١) لمركبات سيليكات
الألومنيوم المائية معادن هذا النوع :

المعدن	القانون الجزيئي	أكاسيد القانون الجزيئي
كاولينيت	يد ^٢ لو ^٢ س ^١ ١	لو ^٢ ٣ ، ٢ س ^١ ٢ ، ٢ يد ^٢ ١
هولوسيت	يد ^٤ لو ^٢ س ^١ ١ + ماء	لو ^٢ ٣ ، ٢ س ^١ ٢ ، ٢ يد ^٢ ١ + يد ^٢ ١
نيوتونيت	يد ^٨ لو ^٢ س ^١ ١ + ماء	لو ^٢ ٣ ، ٢ س ^١ ٢ ، ٤ يد ^٢ ١ + يد ^٢ ١
سيموليت	يد ^٦ لو ^٢ س ^١ ١ + ٣ ماء	٢ لو ^٢ ٣ ، ١ س ^١ ٢ ، ٣ يد ^٢ ١ + ٣ يد ^٢ ١
مونت موريللونيت	(ماء ، كا) لو ^٢ س ^١ ١ + + ن ماء	(ماء ، كا) لو ^٢ ٣ ، ١ س ^١ ٥ ، ٢ س ^١ ١ + (٧ - ٥) يد ^٢ ١
بيروفيليت	يد ^٢ لو ^٢ س ^١ ١	لو ^٢ ٣ ، ٤ س ^١ ٢ + يد ^٢ ١
ألوفين	لو ^٢ س ^١ ١ + ٥ ماء	لو ^٢ ٣ ، ٤ س ^١ ٢ + ٥ يد ^٢ ١
كوليريت	لو ^٤ س ^١ ١ + ٩ ماء	٢ لو ^٢ ٣ ، ٤ س ^١ ٢ + ٩ يد ^٢ ١
شروتيريت	لو ^٦ س ^١ ١ + ٣٠ ماء	٨ لو ^٢ ٣ ، ٤ س ^١ ٢ + ٣٠ يد ^٢ ١

وتخرج جزيئات الماء من هذه المركبات عند تسخينها ، كما أن لأغلب
هذه المواد خاصية غروية .

(١) كلارك . بيان عن الكيمياء الجيولوجية ، تقرير مصاحبة المساحة الجيولوجية بالولايات
المتحدة الأمريكية ، ٦١٠ ، ٦١١ ، ٦١٦ ، ١٩٢٠ .

ومن معادن السيليكات المائية ما هو معقد التركيب وذلك مثل معادن :
الميكالبيضاء ، وتتركب من متعدد سيليكات الألومنيوم والبوتاسيوم المائية :
٣ يد ١ ، بو ١ ، ٣ لو ١ ، ٢ لو ١ ، ٢ لو ١ ، ٢ لو ١ ، وقد يحل محل كل أو بعض البوتاسا :
أكسيد قلوئى آخر فى بعض أنواع المعدن .

الميكال السوداء : أو البيوتيت ، وتتركب من ميتاسيليكات البوتاسيوم
والمغنيسيوم والحديد وزوالألومنيوم والحديدك المائية :

يد ١ ، بو ١ ، (ما ، ح) ١ ، (لو ، ح) ١ ، ٣ لو ١ ، ٣ لو ١ .

الكلوريت ، ويتكون من سيليكات مائية خضراء للألومنيوم والمغنيسيوم
والحديدوز ، يمكن تمثيل تركيبه فى القانون : ٢ يد ١ ، (ما ، ح) ١ ،
لو ١ ، ٣ لو ١ ، ٣ لو ١ . السربنتين ، وتتركب من تحت سيليكات المغنيسيوم المائية :
٣ ما ١ ، ٢ لو ١ ، ٢ يد ١ . مع إحلال الحديد والنيكل محل جزء من
المغنيسيوم .

الطاق ، وتتركب من ميتاسيليكات المغنيسيوم المائية : يد ١ ، ٣ ما ١ ،
٤ لو ١ ، ويحل النيكل محل جزء من المغنيسيوم .

ويتصاعد الماء من هذه المعادن عند تسخينها للدرجة الاحرار .

التركيب الكيمياءى والمعدنى للصخور النارية :

قام كل من « ليث » و « ميد »^(١) بتحليل مجموعات كبيرة من الصخور
النارية الحامضة والقاعدية من أماكن متفرقة ، ثم سجلا متوسط هذه التحاليل

(١) ليث وميد : الجيولوجيا المتحولة ، ٧١ ، ١٩١٥ .

في الجدول الآتي ، وذلك على أساس وجود هذه الصخور في القشرة الأرضية
بنسبة ٦٥٪ للصخور الجرانيتية الحامضة و ٣٥٪ للصخور البازلتية القاعدية :

الأوكسيد	نسبتها المئوية في الصخور الجرانيتية	نسبتها المئوية في الصخور البازلتية	المتوسط الإجمالي
س ١	٧٠٤٧	٤٩٦٥	٦٣١٨
س ٢	١٤٩٠	١٦١٣	١٥٣٥
ح ٢	١٦٣	٥٤٧	٢٩٧
ح ١	١٦٨	٦٤٥	٣٣٥
ما ١	٠٩٨	٦١٤	٢٧٩
كا ١	٢١٧	٩٠٧	٤٥٨
ص ٢	٣٣١	٣٢٤	٣٢٨
بو ١	٤١٠	١٦٦	٣٢٤
تي ١	٠٣٩	١٤١	—
فو ٢	٠٢٤	٠٤٨	—
المجموع	٩٩٨٧	٩٩٧٠	٩٨٧٤

وقد قام عدد من الكيميائيين في مصر بتحليل مجموعة كبيرة من الصخور
النارية المصرية الحامضة منها والقاعدية من أما كن كثيرة متفرقة .

كما قام « هيوم » المستشار الجيولوجي السابق للحكومة المصرية بدراسة
طبيعة الصخور المصرية الجيولوجية وحساب أنواع ونسبة المعادن المكونة
لها من نتائج تحاليلها الكيميائية ، واشترك مع هيوم كل من « بيدنل »
و « ج . بول » في الفحص البتروجرافي لعينات تلك الصخور .

وقد جاءت نتائج تحاليل الصخور مشابهة لنتائج تحاليل ليث وميد مؤيدة
لما توصلنا إليه من المتوسطات الإجمالية السابقة .

وفي الجدول الآتي مجموعة من الصخور النارية المصرية التي أُجريت تحليل عيناتها

المرجع	المنطقة	أسمائها	الصخور
(1) ١٨٢ بارتو،	وادي شاعيت	حامض	جرانيت
(1) ٣٨٤ ، ، بارتو،	مونت كلوديانس	»	»
(1) ٤٥٨ ، ، بارتو،	وادي أبو معمل	»	»
(1) ٧٠ ، ، هارود،	أسوان	»	٤ — ٥٠ نوعاً من جرانيت أحمر
(1) ٣٥٨ ، ، بارتو،	واحة العوينات	»	٥ — جرانيت قلوي
(1) ٤٦٦ ، ، بارتو،	جنوب شرق سيناء	»	٦ — »
(1) ٦٨٨ ، ، فوفا،	أسوان	»	٧ — جرانيت هورنباندي
(1) ٧٠ ، ، هارود،	»	»	٨ — جرانود يوريت
(1) ٣٥٨ ، ، بارتو،	واحة العوينات	»	٩ — كوارتز ديوريت
(1) ٧٠ ، ، هارود،	أسوان	»	١٠ — كوارتز ديوريت
(1) ٧١ ، ، بارتو،	وادي أبيض	»	١١ — نيس
(1) ١٨٨ ، ، راوول،	جبل العوينات	»	١٢ — »

(تابع الجدول السابق)

المرجع	المنطقة	أنواعها	الصخور
هاروود، (١) ٧٠	أسوان	حامض	١٣ — نيس جرانيتي
(١) ٧٠ ، »	»	»	١٤ — ميكاد يايز
والق (٢)	»	متوسط	١٥ — ٥٠ نوعا من السيانيت
بارتو، (١) ٣٥٨	واجهة العوينات	»	١٦ — سيانيت
(١) ٢٣٧ ، ديليسه	جزيرة دغابا، وادي، حلفا	»	١٧ — ديوريت
(١) ٣١٥ ، بارتو	أسوان	»	١٨ — »
(١) ٢٣٧ ، ديليسه	أم سدرى، وادي موبلج وادي رانجا، وادي فيران	»	١٩ — داسيت
(١) ٦٥٨ ، ليندنر	جبل غريب	»	٢٠ — أبلت
(١) ٢٣٧ ، ديليسه	جبل اللخان	»	٢١ — الحجر السماقي الإمبراطوري
(١) ٦٧١ ، هوساك	أسوان، عنينة	قاعدى	٢٢ — صخور أسوان القاعدية
(١) ٢٢٩ ، هاروود	جبل أبو خروج	»	٢٣ — جابرو
(١) ٢٢٩ ، »	وادي جاو	»	٢٤ — »


(١) أرقام الصفحات في ميوم: جيولوجية مصر، الجزء الثاني، وزارة المالية المصرية، مساهمة المساحة. المطبعة الأميرية، بولاق القاهرة، ١٩٣٥.

(٢) دالى: الصخور النارية وأصلها، ٢٠٢ — ٢١١.

وقد أجمل «بيرسون»^(١) ، نتائج تحليل ليث وميد للصخور النارية
 في التركيب الآتي :

س ١	٣٨ - ٤٧ ر ٧٠ ٪
لو ٢	صفر - ٢٣ ٪
كا ١	صفر - ٨ ٪
ح ١، ما ١	٣ - ٥٥ ٪
أ كاسيد قلووية صفر	١٧ - ٪

وذلك كما هو مبين في منحنيات شكل رقم (٢) .

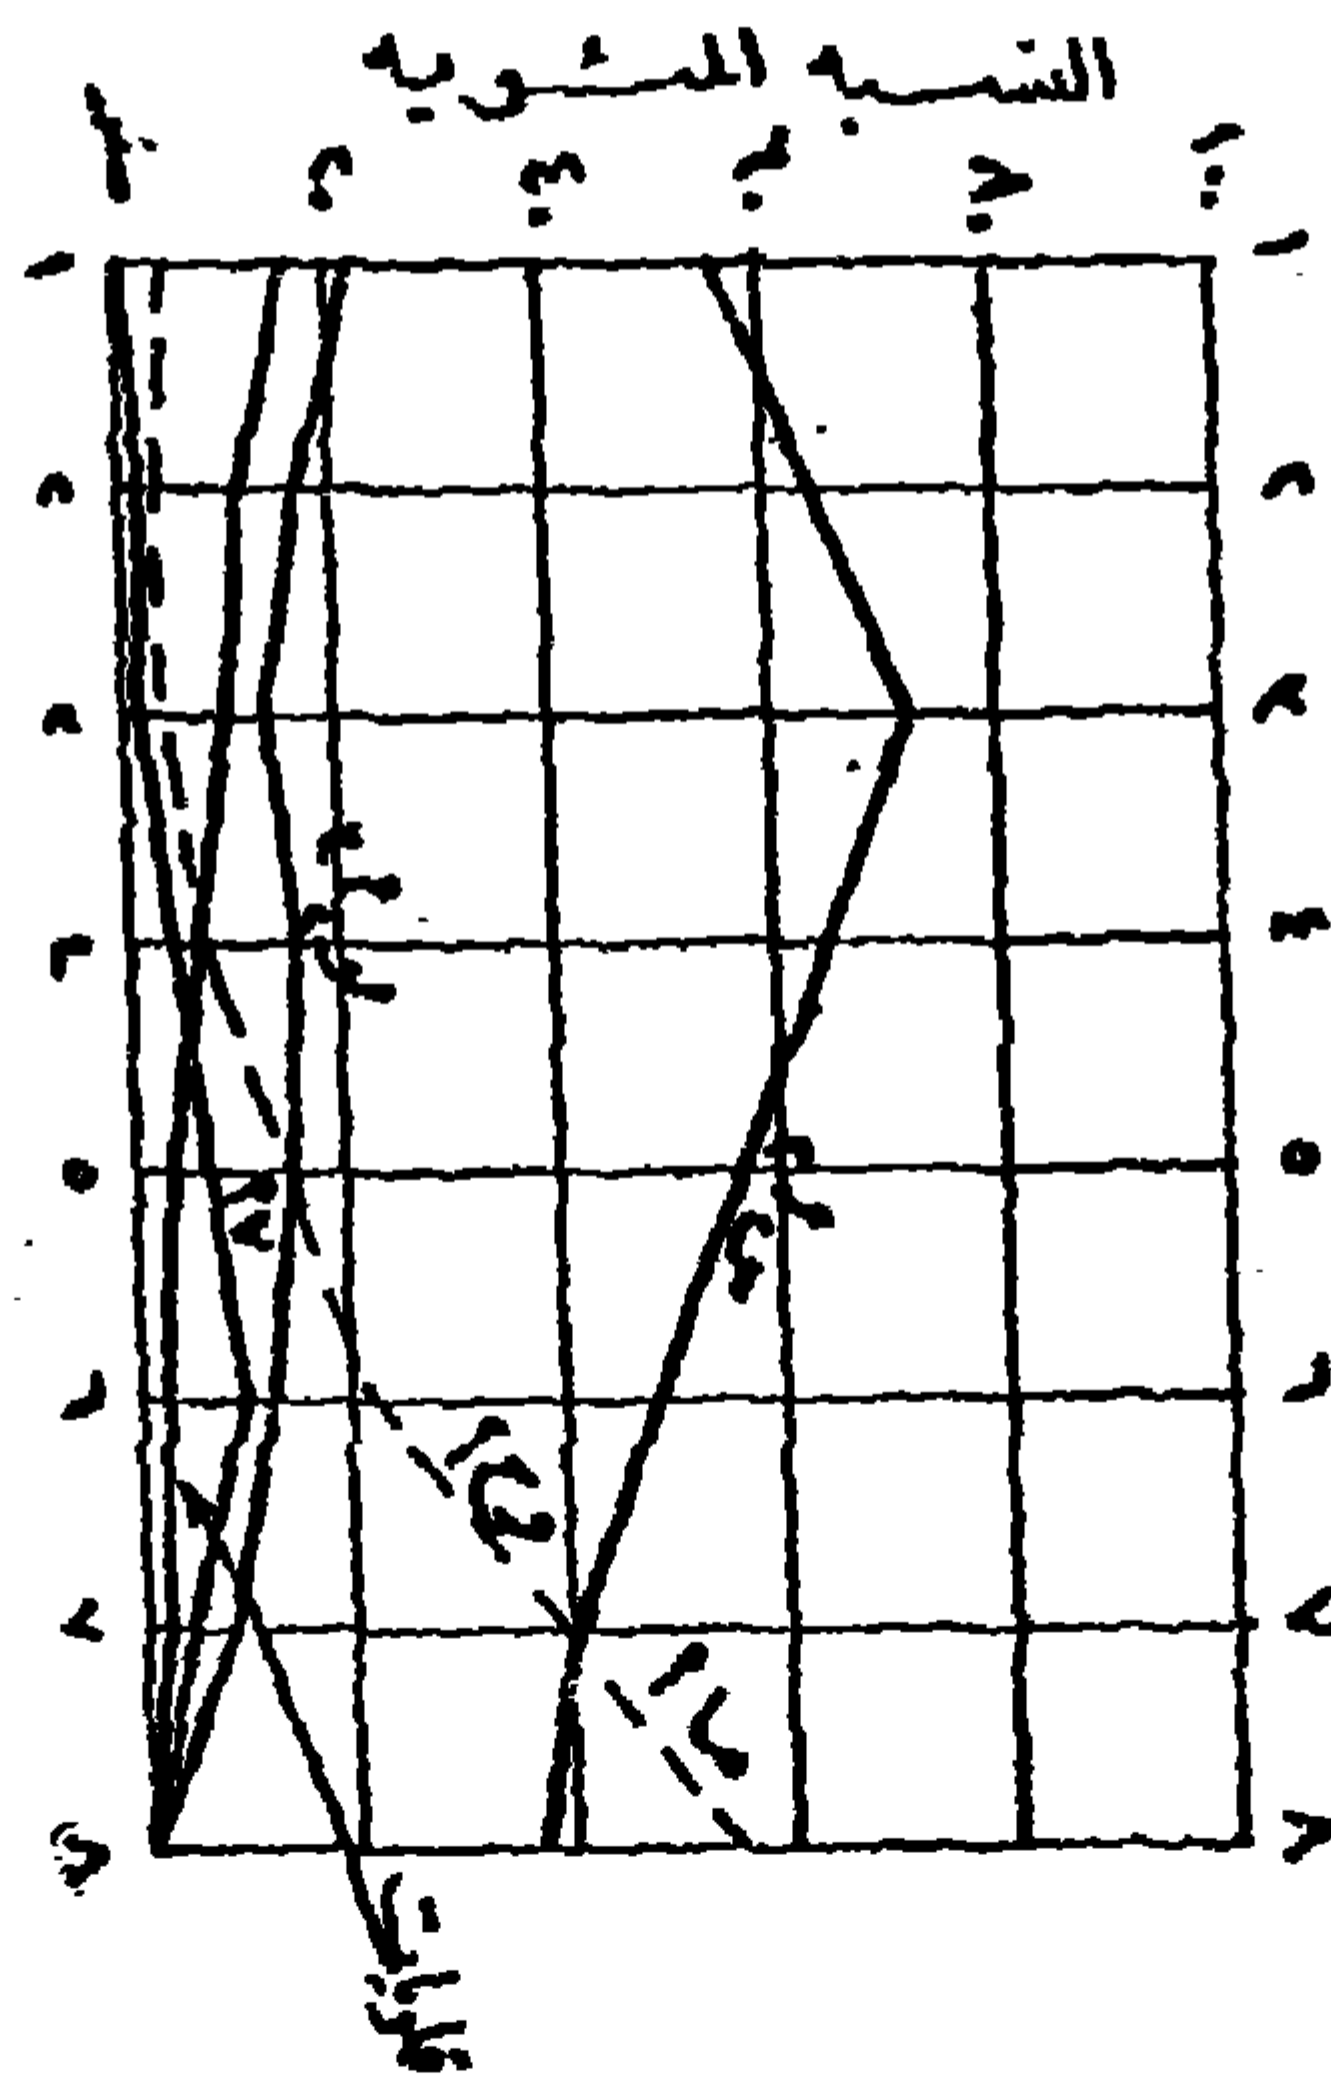


(شكل رقم ٢) « التركيب الكيميائي العام للصخور النارية العادية »

(١) بيرسون : الصخور ومعادنها ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٩١٥ .

كذلك حسب بيرسون من التركيب الكيميائي السابق أنواع ونسب المعادن
المكونة للصخور وخلصه في التكوين المعدني العام للصخور النارية العادية، كالآتي:

- (١) معدن الكوارتز : س_١ ٥ — ١٠٠ %
- (٢) معادن الفلسبار القلوية
ط_٢ ا، لو_٢ ا، ٣ ٦٤ س_١ ١٢ — ١٠٠ %
- (٣) معادن البلاجيوكلينز
ط_٢ ا، لو_٢ ا، ٣ ٦٤ س_١ ٥ — ١٠٠ %
ط_٢ ا، لو_٢ ا، ٣ ٢٤ س_١ ٥ — ١٠٠ %
- (٤) معادن حديدية وماغنيسومية
(٥) معدن النيكليت :
ص، بو، ا، لو_٢ ا، ٣ ٢٤ س_١ ٥ — ٤٨ %

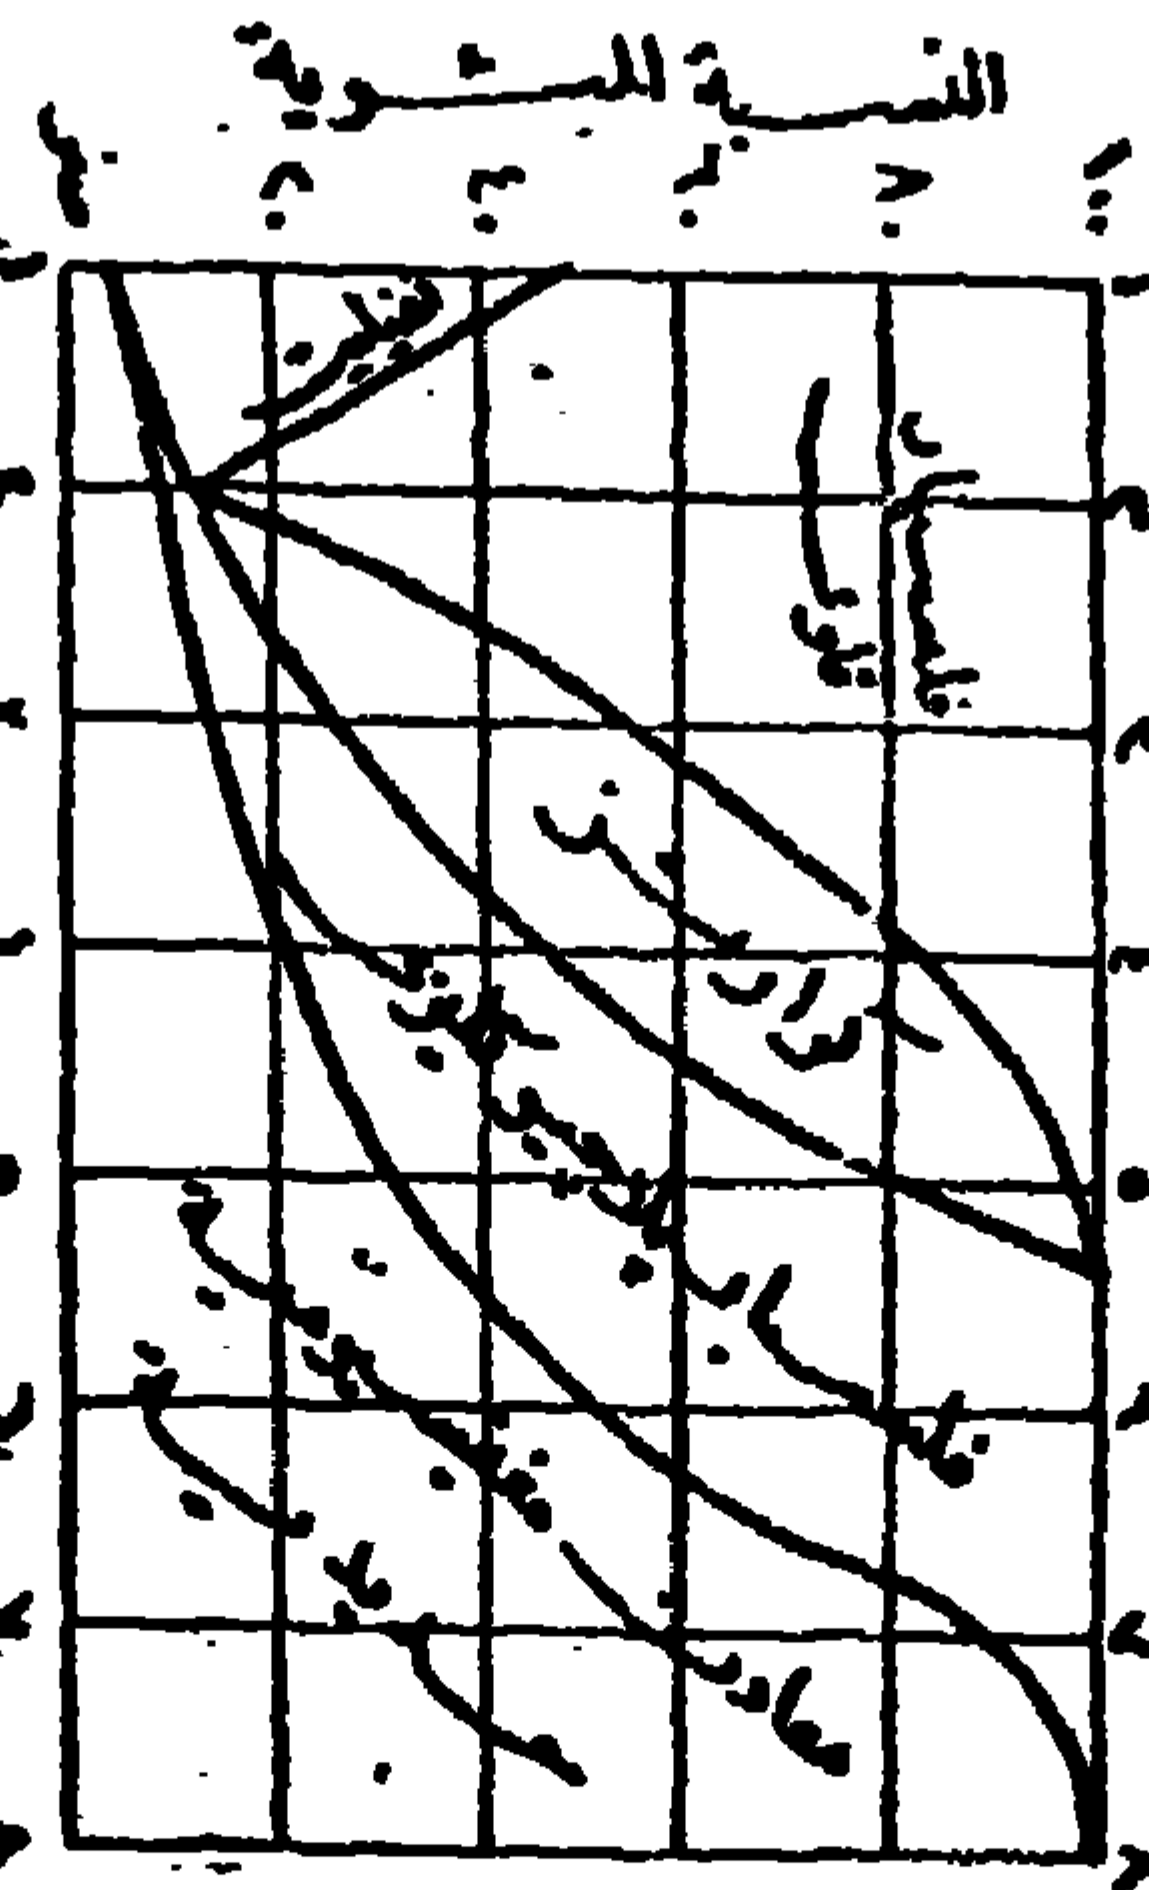

(شكل رقم ٣) التكوين المعدني العام للصخور النارية العادية

ويبين الجدول الآتي ترتيب الصخور النارية ترتيباً تنازلياً حسب حامضيتها،
وذلك كصخور جوفية وما يقابلها في التركيب من صخور بركانية :

صخور جوفية	صخور بركانية	نوع الصخر
جرانيت	ريوليت	حامض
كوارتزديوريت	داسيت	»
سيانيت	تراكيت	متوسط
نيفيليت سيانيت	فونوليت	»
ديوريت	أنديزيت	»
جابر	بازلت	قاعدى
يريدوتيت	بازلت	»
رونيت	بازلت	»

تحلل الصخور النارية :

تعرض الصخور النارية إلى عمليات تحلل ميكانيكية طبيعية تعرف
بعمليات التعرية، وعمليات تحلل كيميائية.

التعرية :

هي عملية تفتت الصخور نتيجة تعرضها لعوامل مؤثرة تغير من هيئتها
الطبيعية الموجودة عليها . وتشمل عوامل التعرية :

(١) التغير في درجات الحرارة نتيجة انخفاضها ليلاً وارتفاعها نهاراً ،
واختلاف درجات حرارة فصول السنة .

(٢) فعل الماء في صورته المختلفة من مطر ومياه جوفية ومياه جارية كالسيول والأنهار وأمواج البحار والمد والجزر والتيارات البحرية . كذلك للماء المتجمد من صقيع وجليد وثلج وثلاجات أثر فعال في تفتيت الصخور .

(٣) الرياح .

(٤) الكائنات الحية .

(٥) ومن عوامل التعرية ما هو داخلي يحدث في جوف الأرض كفعل البراكين والزلازل ذات الهزات الأرضية العنيفة ، والتقلصات الأرضية البطيئة .

وتقوم عوامل التعرية بتفتيت الصخور مما يزيد في فعل عوامل التحلل الكيميائي .

كذلك تقوم بعض عوامل التعرية من مياه ورياح بنقل ما تنتجة من فتات أو ما يتم تحلله كيميائياً من مكان التحلل إلى أماكن أخرى حيث ترسب على هيئة صخور رسوبية .

وهي عملية تؤثر في الصخور تأثيراً يحللها إلى مواد أبسط من تركيب معادنها الأصلية . وتشمل عوامل التحلل الكيميائي .

(١) الأوكسدة بفعل أكسجين الهواء أو المذاب منه في الماء . والاختزال بفعل المواد الكربونية وغيرها من المواد المختزلة .

(٢) التميؤ بفعل الماء . والنزهر نتيجة خروج الماء من معدنه .

(٣) الإذابة ، وذلك إما بفعل الماء وحده كإذابة ملح الطعام والكربونات والسيليكات القلوية ، وما يعقب ذلك من تفاعلات في المحاليل الناتجة ، وإما بفعل الماء المحتوى على ثانى أكسيد الكربون الذى يذيب كربونات الكالسيوم وكربونات الماغنيسيوم وكذلك كربونات الحديد وما يعقب ذلك من عمايات تبلور وترسيب أو أكسدة . كذلك يعزل الماء وسطا لانتشار المواد العروية التى يتم بواسطتها بعض التفاعلات الكيميائية .

(٤) المواد المتطايرة من أبخرة وغازات فعالة مثل أبخرة الكبريت والبورات وغازات الفلور وكلوريد الأيدروجين التى تتصاعد من مصهور معادن الصخور فى أثناء تجمدها سواء فى جوف الأرض أو قريبا منه أو على سطح القشرة الأرضية ، كذلك تتصاعد هذه المواد المتطايرة من البراكين مع الحمم المتصاعدة فى أثناء التوازن البركانى أو تكون مذابة تحت ضغط عال فى المياه الجوفية ثم تفصل عن محاليلها عند انبثاق تلك الحارة إلى سطح الأرض وزوال الضغط من فوقها كما هو الحال فى مياه النافورات الحارة ، وتؤثر المواد المتطايرة تأثيرات كيميائية فيما تلاصق من صخور .

العوامل التى يتوقف عليها التحلل الكيميائى .

تتوقف تحلل الصخور النارية وما ينتج عنها من مواد على النواحي .

الآتية :

بنية الصخر المتحلل :

تزداد سرعة التحلل بزيادة السطح المعرض لفعل عوامله ، فكما دقت

حبات المادة كانت أكثر وأمرع في التحلل . وتزيد عوامل التعرية من سطح المعادن المعرضة لعوامل التحلل بما تحدثه من تفتت فيها .

ومن التجارب الشبيهة بالتجارب التي أجريت لإثبات سرعة تحلل الصخور المفتتة وبطء أو إنعدام تحلل الصخور المتسكتة تجربة توضع فيها قطعة من صخر الجرانيت وأخرى في حجمها من صخر البجماتيت ، وكلاهما يحتوي على معدن الفلسيار ، وذلك على هيئة حبات منفصلة في الجرانيت وعلى هيئة بلورات ضخمة في البجماتيت . وفي التجربة تدفن قطعتا الصخرين تحت تربة زراعية غنية بالدبال داخل صوبة (بيت زراعى زجاجى) مدة سنة يشاهد في نهاية المدة تحلل فلسبار الجرانيت إلى كاولين وعدم أو ضعف تحلل فلسبار البجماتيت .

(٢) تركيب المادة المتحللة .

وجد كل من توينهوفل^(١) و « واطسون^(٢) » أن تحلل الصخور النارية متوقف على تركيب مادة الصخر ، وذلك تبعاً للقاعدتين الآتيتين :

(أ) تزداد سرعة التحلل في الصخور القاعدية مع استثناء بعض الصخور فوق القاعدية :

(ب) تبطؤ عمليات التحلل عند ارتفاع نسبة السليكا والأمينا في

الصخر .

وتنقسم المعادن من حيث قابليتها للتأثر الكيميائى ومهولة تحللها إلى ثلاثة أقسام مبينة في الجدول الآتى :

(١) توينهوفل : بحث في الترسيب ، ١٩٢٠ .

(٢) واطسون : صخور الجرانيت والنيس في ولاية جورجيا ، تقرير مصلحة المساحة

الجيولوجية بولاية جورجيا ، ٩ - ١ ، ٣١٢ ، ٣٢٥ ، ٣٢٧ ، ١٩٠٢ .

معدن صلبة التحلل

معدن متوسطة التحلل

معدن سهلة التحلل

- ١ - معدن الكوارتز
- ٢ - معدن المוסكوفيت أو البسكا
- البيضا
- ٣ - معدن الزركون
- ٤ - معدن الكورند : لو^٢ام
- ٥ - معدن الكروميت : ح ا ، ك^٢ام
- ٦ - معدن الإيلمانيت : ح ا ، ق^٢ام
- ٧ - معدن الميكايت : ح^٢ام
- ١ - معدن البيوتيت أو الميكا السوداء
- ٢ - معادن الفلسباثويد أو أشباه الفلسبار مثل معدن اللوسيت ، بور^٢ ا ، لو^٢ام ، س^٤ام
- ٣ - معادن البلاجيوكلين ، مثل معدني الألبيت والأفورتيت
- ٤ - معادن الفلسبار النظرية ، مثل معدن الأورتوكلين
- ١ - معادن البيروكسين ، مثل معدن الأوجيت
- ٢ - معادن الأمفيبول ، مثل معدن المورزبلند
- ٣ - معدن الأوليفين ، ٢ (ما ، ح) ا ، س^٢ام
- ٤ - معدن البيريت : ح ك^٢ام
- ٥ - معدن الأباتيت : ٣ كام (فو ا ، ٢) ، كل (كل ، فل)

(٣) تركيب مواد عوامل التحلل :

تتوقف عمليات تحلل الصخور النارية على نوع المواد الفعالة وكمياتها والظروف المحيطة بتلك العمليات من ضغط وحرارة . كذلك تؤثر نواتج التحلل ومدة بقائها في وسط التفاعل في دور عمليات التحلل بما تحلته من استمرار العملية أو الحد منها ، وبما يحدث من تفاعلات ثانوية . وتتأثر المعادن عادة بعدة مواد وعوامل في أثناء تحللها . ويتلخص فعل عوامل التحلل في الآتي

ا - فعل الأكسجين : يعمل أكسجين الهواء أو الأكسجين المذاب

في ماء التربة كمادة مؤكسدة في عمليات التحلل الجوية . فتتأكسد الصخور الألومينية الحديدية من فعل الماء المحتوي على الأكسجين إلى معدن اللاتيريت ويعمل الأكسجين والماء على تحلل معدن البيريت في الصخور النارية الحامضة إلى معدن السيريسيت .

وتتأكسد البيريت إلى كبريتات الحدويدوز القابلة للذوبان في الماء .

وتتأكسد أملاح الحديد من سيليكات وكربونات ناتجة من تحلل الصخور النارية في أثناء انتقالها من وسط التحلل بالأكسجين المذاب في ماء التربة متحولة إلى معدن الليمونيت : $Fe_2O_3 \cdot 2H_2O$ ، أو إلى كربونات الحديديك القاعدية $FeCO_3$ (ك_٢) ، ح (ايد) كذلك عندما تتحد بثاني أكسيد الكربون الجوي أو الذائب منه في الماء بعد أكسبتها .

ب - المواد الكربونية : تعمل هذه المواد وغيرها من عوامل الاختزال

على تحلل مركبات الحديد وترسيبها على هيئة معدن البيريت ، وتفرز الأحياء

أو بقاياها من نبات أو حيوان مواد الدبال التي تزيد من غرورية الوسط ، كذلك تفرز أحماضاً عضوية تعمل على إذابة الصخور وتحللها .

ج - فعل الماء : للماء تأثير مباشر في تحلل معادن الفلسبار إلى

الساولين ، فيحلل الماء تحت الضغط العالي وفي الحرارة الشديدة في جوف الأرض معدن الأوثركليز إلى معدن السيريسيت . كذلك يعمل الماء مع ثاني أكسيد الكربون على تحلل الفلسبار تحللاً جويًا إلى الساولين كما يتصفاً الساولين إلى حامض السيليك وأيدروكسيد الألومنيوم .

د - فعل المحاليل : يعمل محلول ثاني أكسيد الكربون في الماء على تحلل

الفلسبار إلى الساولين . يذيب محلول الغاز الكربونات الناتجة من عمليات التحلل الأصلية محلولاً لها إلى بي كربونات سهلة الانتقال من وسط التفاعل مما يعمل على استمرار العملية . كذلك يسهل أكسدة محاليل بي كربونات الحديدوز إلى مركبات الحديدك .

وتعمل المحاليل القلوية على حفظ الدقائق الغروية للسيليكا وبعض السيليكات وأيدروكسيد الألومنيوم الناتجة من عمليات التحلل الأصلية ، وذلك مما يسهل انتشارها وانتقالها من وسط التفاعل مما يعمل على استمرار عملية التحلل .

ويعمل محلول كبريتات الحديد على تكوين كبريتات الكالسيوم نتيجة التفاعل المزدوج بين محلول المواد الأولى ومحاليل الكالسيوم الذائبة . وليس لمحاليل أملاح القلويات تأثير رجعي على نواتج التحلل وإنما يلاحظ

أن أملاح الصوديوم أسرع في تسربها وانتقالها من وسط التفاعل من أملاح البوتاسيوم التي تدمص أيوناتها للكبيرة الحجم على سطح جسيمات الكاولين وذلك يحد أو يوقف من عملية التحلل في حالة وجود أيونات البوتاسيوم، بينما تستمر عمليات التحلل المنتجة لأيونات الصوديوم . وتفسر هذه الظاهرة سهولة وسرعة تحلل معادن الفلسبار الصوبومية عن البوتاسيومية منها .

(هـ) فعل المحاليل الغروية : تعمل محاليل نواتج التحلل الغروية على

سريان وتنشيط عمليات التحلل، وذلك بفضل النواتج عن وسط التفاعل لتمكينا وهي في حالة غروية سائلة من الانتقال إلى الأماكن المجاورة . ولو أن ذلك يستغرق آجالا طويلة، إلا أنه من العوامل التي تساعد على استمرار تحلل الصخور النارية . في حين أن رسوب النواتج في وسط التفاعل يوقف عن استمرار العملية . ويحدث الترسيب كما في حالات تجلط الدقائق عند امتصاصها لشحنات مضادة لشحناتها من أيونات الأملاح الذائبة، أو في حالة ادمصاص الكالين لأيونات البوتاسيوم والألومنيوم . ويعمل حامض السيليسيك عند وجوده على إضعاف قلوية الوسط مما يسبب ترسيب الدقائق ويضعف أو يفقد خواص الكاولين الغروية .

(و) فعل المواد المتطايرة . يحدث عند تجمد مصهور معادن الصخور النارية المتداخلة في صخور القشرة الأرضية في أثناء اندفاعها نحو سطح الأرض أن ينبعث من الكتلة المتجمدة غازات وأبخرة كانت ذائبة في المصهور قبل تجمده . وتنضم تلك المواد إلى غيرها عن مواد المصهورات الأخرى القريبة التي تكون قد تشبعت من الكتلة الأصلية داخل الشقوق والفواصل المجاورة،

فيزداد تركيز تلك المواد المتطايرة ، وينشط فعلمها على معادن الكتلة المتجمدة القابلة للتحلل .

وتتكون المواد المتطايرة من الغازات الهالوجينية مثل الفلور والكلور وكذلك غاز كلوريد الأيدروجين ، وأبخرة البورات والماء وعناصر البور والفسفور والكبريت وأبخرة الغازات وخاصة القلوية منها مثل الصوديوم والبوتاسيوم .

ويحدث التفاعل بين المواد المتطايرة والمعادن في درجات حرارة عالية وتحت ضغوط شديدة لأنحباس الغازات والأبخرة في جوف الأرض . وتزيد تلك الظروف من مقدار التفاعل وحدته .


وتتفاعل المواد المتطايرة مع معادن الفلسبار الموجودة في سدود وعروق البجائيت المتشعبة على عمق كبير داخل القشرة الأرضية مكونة الكاولين مع معادن أخرى خاصة بهذا النوع من التفاعلات .

معادن المواد المتطايرة :

تتكون المعادن الآتية نتيجة لتفاعل المواد المتطايرة مع معادن الفلسبار المكونة للصخور المتجمدة من المصهورات الجوفية .

(١) الزمرد أو البيريل : ويتركب من سيليكات الأنيوم والبريليوم

مع نسبة صغيرة من فلز قلوئى يحل محل جزء من البريليوم مع ماء متحد :

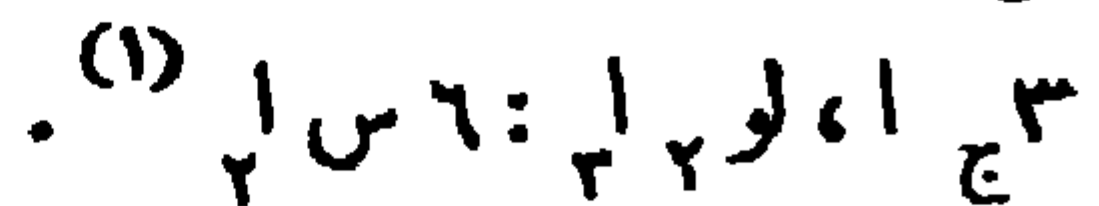

(١) ج رمز عنصر البريليوم .

(٢) التورمالين ، ويتركب من سيليكات معقدة للبور والألومنيوم مع الماغنسيوم أو الحديد فزى قلوى . كذلك يحتوى المعدن على نسبة ضئيلة من الفلور .

(٣) الأباتيت : ويتركب من فوسفات فلوريد الكالسيوم .

(٤) الفلوريت : أو الفلورسبار : ويتركب من فلوريد الكالسيوم .

(٥) الاسكابوليت : وهو مخلوط غير متبلور من سيليكات الألومنيوم

والكالسيوم والصوديوم مع قليل من عنصر الكالور : ٤ كا ، ٣ لو ، ١ س ، ٦ س ١ مع ص ، لو ٣ س ٩ س ١ ، كل .

(٦) المقيق أو الجارنت : ويتركب من سيليكات فلزثنائى التكافؤ مثل

الكالسيوم أو الماغنيسيوم أو الحديدوز أو المنجنيز مع ساليكات فلز ثلاثى التكافؤ مثل الألومنيوم أو الحديدك أو الكروم .

(٧) التوباز : ويتركب من سيليكات فلوريد الألومنيوم المائىة :

لو (فل ايد) ٢ س ١ .

(٨) الكوندروديت : ويتركب من سيليكات فلوريد الماغنيسيوم

المائىة : ما ١ (فل ايد) ٢ (س ١) ٢ .

(٩) الكاسيتيريت : ويتركب من أكسيد القصدير ك ق ١ .

ويدل وجود بعض أو كل هذه المعادن فى الطين على سابق تكوينه

الجوفى .

نواجج التحلل :

تنقسم نواجج التحلل من حيث بقاؤها في مكان التفاعل أو انتقالها إلى المناطق المجاورة إلى قسيتين ، هما .

(١) نواجج متبقية : وهي النواجج المستقرة في مكان تحلل الصخر ، وتشمل :

(١) الكاولين :

(٢) المعادن صعبة التحلل والمقاومة لعوامل التفتت مثل الكوارتز وفتات الميكا البيضاء ومعادن الزركون والسكرند وغيرها . وهذه تنفصل عن نواجج التحلل المتبقية ، فتبقى في المعادن التي هي أقل من الكاولين مثل معظم المعادن صعبة التحلل فتغوص إلى أسفل .

(٣) نواجج تحلل ثانوية تنتج عن تحلل الكاولين إلى أكسيد أو تبيته إلى حامض السيليسيك وأيدروكسيد الألومنيوم وكذلك بعض السيليكات المائية البسيطة ، وترسب هذه المواد بين الكاولين على هيئة نواجج نهائية من السيليكات والأومينا : ويسبب وجود هذه النواجج انخفاض شبه الكاولين ، أو تلاشيها تماماً من بين نواجج تحلل الصخور النارية ، كما في حالة عملية تكوّن معدن اللاتيريت .

وتسمى نواجج التحلل المتبقية في الأكن تحلل صخورها الأصلية بالكاولين أما إذا حدث وانتقلت تلك النواجج بفعل عوامل انتقال من مياه أو رياح إلى مناطق أخرى بعد انتهاء عمليات تحلل صخورها ، فإنها تتعرض لتغيرات ميكانيكية تزيد من نعومتها أو إلى عمليات فرز هوائية أو مائية تفصل الخشن

منها من الناعم أو إلى تلوث بأخلاق أرضية ، كل ذلك يغير من خواصها ويكسبها تكويناً جديداً تسمى بعده بالطينات أو الطين الثانوى أو المنقول .

(ب) نواتج متنقلة : وهى نواتج تحلل الصخور النارية التى تنقل من

وسط التفاعل فى أثناء عمليات التحلل ، وتشمل :

١ — النواتج سهلة الذوبان أو الانتشار فى التربة والصخور المجاورة .

وتتكون من أملاح القلويات وكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد

التي تذوب فى الماء المحتوى على ثانى أكسيد الكربون ، أو النواتج قليلة

الذوبان فى الماء مثل أملاح الحديد وسيليكات البوتاسيوم وسيليكات

الصوديوم ذات الغروية الجزئية ، ويستغرق ذوبان تلك المواد ، وبالتالى انتقالها

فترات طويلة . والنواتج للقبالة للذوبان فى الماء أملاح متأينة فى محاليلها التى

تنتقل عن طريق الخاصة الشعرية خلال التربة والصخور المسامية المجاورة منفصلة

عن وسط التحلل . ويلاحظ ، كما سبق ذكره ، أن أملاح الصوديوم أسرع فى

الانتقال من أملاح البوتاسيوم .

ويحدث أن تتعرض أملاح الحديد الذائبة إلى عمليات تأكسد فى أثناء انتقالها

وتتحولها إلى مركبات حديدية غير ذائبة تترسب فى الصخور المجاورة وتسبب

تلوئها . كذلك تترسب كربونات الكالسيوم وكربونات المغنيسيوم من

محاليل بي كربوناتهما تحت ظروف مناسبة من التركيز مكونة مواد

أسمنتية جيرية لأجزاء التربة والصخور المجاورة ، أو قد تبلور هذه الكربونات

على هيئة معادن الكالسيت والأرجوانيت والماجنيزيت ، أو ترسب كصخر جيري . كذلك تترسب الكربونات والكلوريدات القلوية من محاليلها بعد انتقالها تحت ظروف مناسبة من التركيز ، أو عند جفاف ماء محاليلها على هيئة كتل متبلورة .

(٢) مواد غروية غير متأينة تنتشر في الماء على هيئة محاليل غروية ، وذلك مثل حامض السيليسيك الهلامي والسيليكات المائية الهلامية وأكسيد الحديد المائي الغروي ، وتترسب هذه الهلاميات الغروية إلى المناطق المجاورة بصعوبة وتستغرق في ذلك آجالاً طويلة . ويحدث أن تسمى السيليكات نصف الغروية نتيجة تفاعل الماء معها أو اتحاد ثاني أكسيد الكربون بها فتترسب منها السيليكات بين ثنايا التربة والصخور المجاورة محدثة تماسكاً سيليسياً بين أجزائها .

متوسط تحليل الصخور النارية والأنواع العامة للصخور الراضية
الناجبة عنها (١)

الصخور الجزيرية	الصخور الرملية	الصخور الطينية الصفحية	الصخور النارية	الأكاسيد
٥١٩	٧٨٦٦	٥٩٣٨	٥٩٨٣	س ٢
٠٨١	٤٧٨	١٥٤٧	١٤٩٨	لو ٢
٠٥٤	١٠٨	٤٠٣	٢٦٥	ح ٢
	٠٣٠	٢٤٦	٣٤٦	ح ١
٧٩٠	١١٧	٢٤٥	٣٨١	ما
٤٢٦١	٥٥٢	٣١٢	٤٨٤	كا
٠٠٥	٠٤٥	١٣١	٣٣٦	ص ٢
٠٣٣	١٣٢	٣٢٥	٢٩٩	بو ٢
(٢) ٠٥٦	(٢) ١٣٣	٣٦٨	١٤٢	بي ٢ (١)
٠٠٦	٠٢٥	٠٦٥	٠٧٨	ني ٢
٤١٥٨	٥٠٤	٢٦٤	٠٤٨	ك ٢
٠٠٤	٠٠٨	٠١٧	٠٢٩	فوم ٢
٠١٤	٠٠٧	٠٦٥	٠١٠	كب + كبا ٢
—	٠٠٥	٠٠٥	٠١٠	با
٠٠٥	آثار	آثار	٠١٠	منا
—	—	٠٨١	—	ك + مواد عضوية
٩٩٨٦	١٠٠١٠	٩٩١٢	٩٩١٩	المجموع

(١) الماء الخارج فوق درجة حرارة ١١٠° م.

(٢) يتطابق ذلك المواد العضوية والمتطايرة.

وقد قام كل من ليث وميد^(١) بحساب متوسط تركيب الصخور الراسبة من نتائج تحليل كلارك السابقة على اعتبار وجودها بنسب ٨٢ر٣٥٪ صخور طينية، ١١ر٦٦٪ صخور رملية، ٦ر٠٧٪ صخور جيرية في القشرة الأرضية. وقد وجدنا أنه عند استبعاد ما بها من كربون ومواد عضوية والزيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون ونسبة الماء ذات مصدر من الهواء الجوي وأخذت بنواتج تحليل الصخور النارية، وبعد توحيد نسب التركيب في كل من النوعين من الصخور النارية والراسبة حصلنا على نتائج تكاد تكون متساوية في نسب الأكاسيد المكونة لكل من النوعين من تلك الصخور، وذلك كما يتضح من الجدول الآتي. ويتبين من ذلك أن الصخور النارية هي الصخور الأصلية المكونة للقشرة الأرضية، وأن الصخور الراسبة ومن بينها الطين نواتج تحليل الصخور النارية.

الصخور الراسبة	الصخور النارية	الأكاسيد	الصخور الراسبة	الصخور النارية	الأكاسيد
٣ر٣٦	٣ر٢٩	ص ٢	٥٩ر٨٣	٥٧ر٨٢	س ٢
٢ر٩٩	٢ر٨٩	بو ٢	١٤ر٩٨	١٤ر٤٥	لو ٢
١ر٤٢	١ر٤٢	يد ٢	٢ر٦٥	٢ر٤٩	ح ٢
٠ر٧٨	٠ر٧١	ني ٢	٣ر٤٦	٣ر٣١	ح ١
٠ر٤٨	٠ر٤٨	ك ٢	—	٤ر٣١	ح
٠ر٤٨	٠ر٢٥	فوز ٢	٣ر٨١	٣ر٧٤	ما ١
٠ر١٠	٠ر٢٧	كب ٢	٣ر٩٤	٤ر٦١	كا ١
١٠٠ر٠٨	١٠٠ر٠٢	المجموع			

(١) ليث وميد: الجيولوجيا المتحولة، ٨٠، ١٩١٥.

عمليات الكولنة :

الأصل في عمليات الكولنة هو تحلل معادن الفلسبار إلى الكاولين^(١) إلا أن الاصطلاح أصبح يشمل العمليات المنتجة للمادة . ويوجد نوعان من عمليات الكولنة ، هما :

(١) عمليات الكولنة الجوية :

وفيها تتحلل الصخور النارية فوق سطح الأرض بتأثير كل من عوامل التعرية وعوامل التحلل الكيميائي من ماء وثاني أكسيد الكربون .

وتجرى العملية في درجات الحرارة العادية منتجة بطريق مباشر الكاولين مع نواتج التحلل الأخرى .

وتتحلل في هذه العملية كل من الصخور الحامضة والقاعدية . ومن ظواهر هذه العملية تحلل معدن البيوتيت إلى معدن السيريسيت الذي يتحلل بدوره إلى الكاولين مع نواتج تحلل المعدن الأخرى .

وتقاوم معادن الموسكوفيت في الصخور الحامضة والكوارتز والزركون عملية الكولنة الجوية ، وتبقى مع الكاولين وفتات من معدن الفلسبار الذي لم تلحقه عوامل التحلل . وقد تنفصل هذه المعادن عن الكاولين نتيجة تعرضها لعوامل النقل والتركيز .

وتنتقل نواتج تحلل العملية القابلة للذوبان كلها أو بعضها إلى المناطق

(١) هيوم جيولوجية مصر ٢ ، ٦٢٩ ، ١٩٣٥ .

المجاورة ، كذلك قد ينتقل الكاواين نفسه من مكان تكويته بفعل عوامل النقل ليرسب في أماكن أخرى متحولاً إلى طينات . وتكوينات الكاواين أو الطينات الناتجة من حماية الكولنة الجوية تكوينات رسوبية متجانسة منتظمة .

ومن أمثلة تكوينات حماية الكولنة الجوية تكوينات كاواين جبال الآبلاشيان في ولايات جورجيا وكارولينا وفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية^(١) ، وكذلك طبقات الكاواين الموجودة قرب سبوكن بولاية واشنطن^(٢) .

عملية الكولنة الجوفية :

تحدث العملية في أماكن جوفية تحت سطح الأرض بعيدة عن عوامل التحلل الجوية وعن عوامل النقل . ولا يصاحب هذه العملية أي نوع من عوامل التعرية كالتى تحدث في عمليات الكولنة الجوية والتي تسبب تفتت الصخر مما يسهل فعل عوامل التحلل الكيميائية ، إلا أن التحلل في هذه العمليات الجوفية يحدث تحت ظروف من الضغط الشديد ودرجات الحرارة العالية الظروف التي تعوض عدم تفتت الصخر والتي تعمل من ناحيتها على سرعة الحماية . وعوامل تحلل الكولنة الجوفية هي المواد المتطايرة الفعالة .

(١) واتس: استخراج الكاواين من جبال الآبلاشيان الجنوبية ، تطورات جمعية الخرف الأمريكية ١٤ ، ١٩٢٤ .

(٢) جوودسييد تكوينات الكاواين في فربان بولاية واشنطن ، تقرير أبحاث مصاحبة المناجم بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٢٧ .

ولا توجد فرصة لنواتج العملية القابلة للذوبان لذوبانها ولا بانتقالها إلى المناطق المجاورة ، كذلك لا ينتقل الكاولين الناتج من مكان تكوينه بل يبقى على هيئة كتل متفرقة في شقوق الصخر الأصلي أو على هيئة عروق وسدود متداخلة في القشرة الأرضية مكان الصخر المتحلل . وتماط كتل الكاولين الجوفى بالفلسبار وبقايا الصخر غير المتحلل . ويرجع السبب في عدم تجانس وانتظام تأثير المواد المتطايرة المحللة في جميع أجزاء الصخر المتحلل، وذلك لاحتمال تسرب بعض هذه المواد الفعالة من جانب إلى آخر خلال التشقق والكسر الحادث في الصخر المتجمد من المصهور في أثناء عملية التحلل .

وتحتوى الكاولينات الجوفية على معادن البيوتيت والسيريست مع معادن المواد المتطايرة وكمية من بقايا فلسبار غير متحلل . ومن أمثلة التكوينات الجوفية للكاولين تكوينات كورنول بإنجلترا ، كما تدل الدراسات الأولية على أن كاولين سيناء ينتمى إلى الكاولينات الجوفية .

وقد تحدث عمليات شبيهة بعمليات الكولنة الجوفية من فعل المواد المتطايرة المتصاعدة من النافورات الحارة في فلسبار صخور المنطقة ، وذلك كما في تكوينات كاولين منطقتي كارلسباد وبوهيميا .


أمثلة لكولنة معادن الصخور النارية :

سنورد هنا أمثلة لعمليات كولنة معادن الصخور النارية القابلة للتحلل مع تفسير كل عملية بتفاعلات كيميائية مقترحة .

كولنة معدن الأورثوكليز :


يتحلل المعدن تحللاً جويًا بفعل ثاني أكسيد الكربون والماء منتجاً

الكاولين و كربونات البوتاسيوم والسيليكات، وذلك في تفاعل يمكن تمثيله كالتالي:

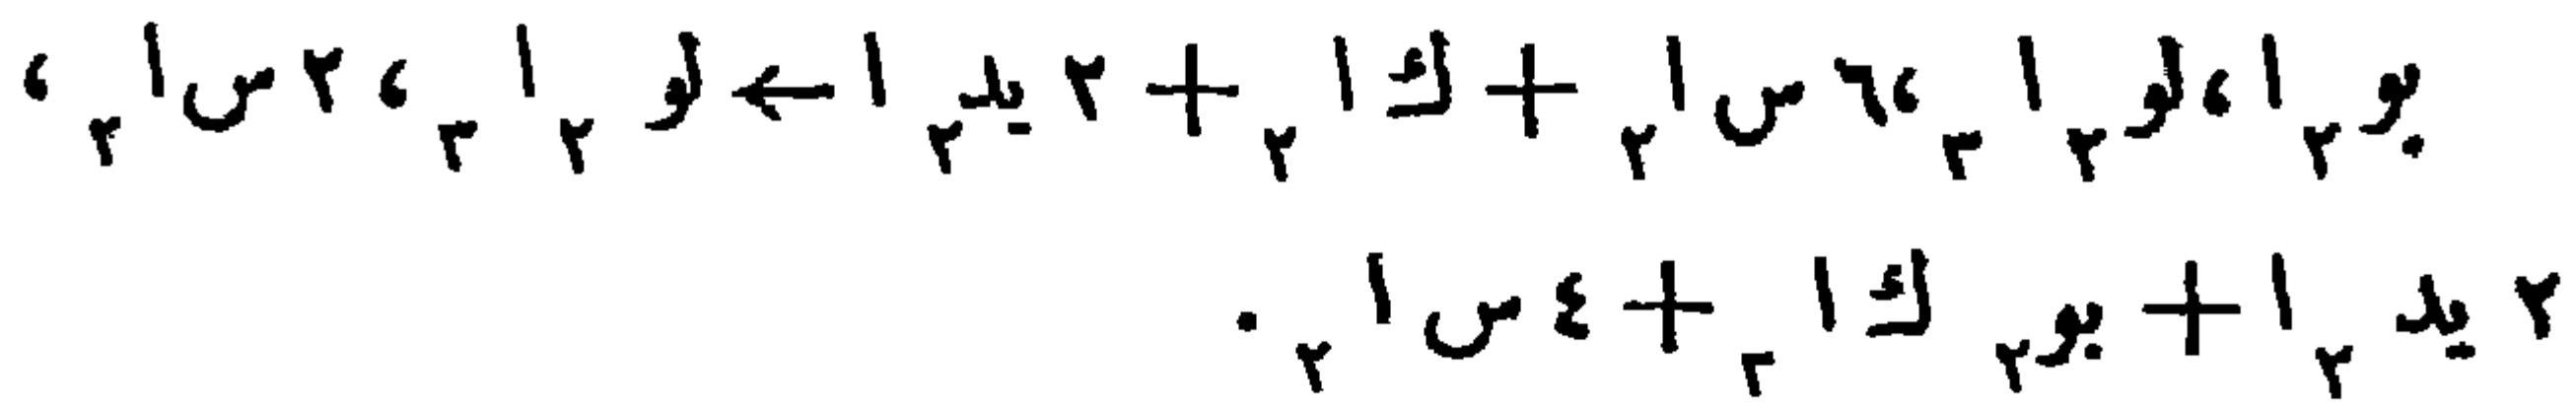

ومن حالات هذه العملية تحلل معدن الأورثوكليز في صخر سدود شلال سمنا إلى الكاولين^(١). وتحلل فلسيت جبل زرقات النعام وجبل مويبح في الصحراء الشرقية الجنوبية قرب أم ريت^(٢). وتحلل أورثوكليز صخر التراكيت من وادي الأمباعوط^(٣) حيث تظهر غزارة تحلل المعدن إلى الكاولين .

ويتحلل الأورثوكليز تحللاً جرافياً بتفاعل بخار الماء معه تحت ضغط شديد وفي درجات حرارة عالية متحولاً إلى معدن السيريسيت وسيليكات البوتاسيوم والسيليكات، وذلك كما يمثل التفاعل الآتي^(٤):

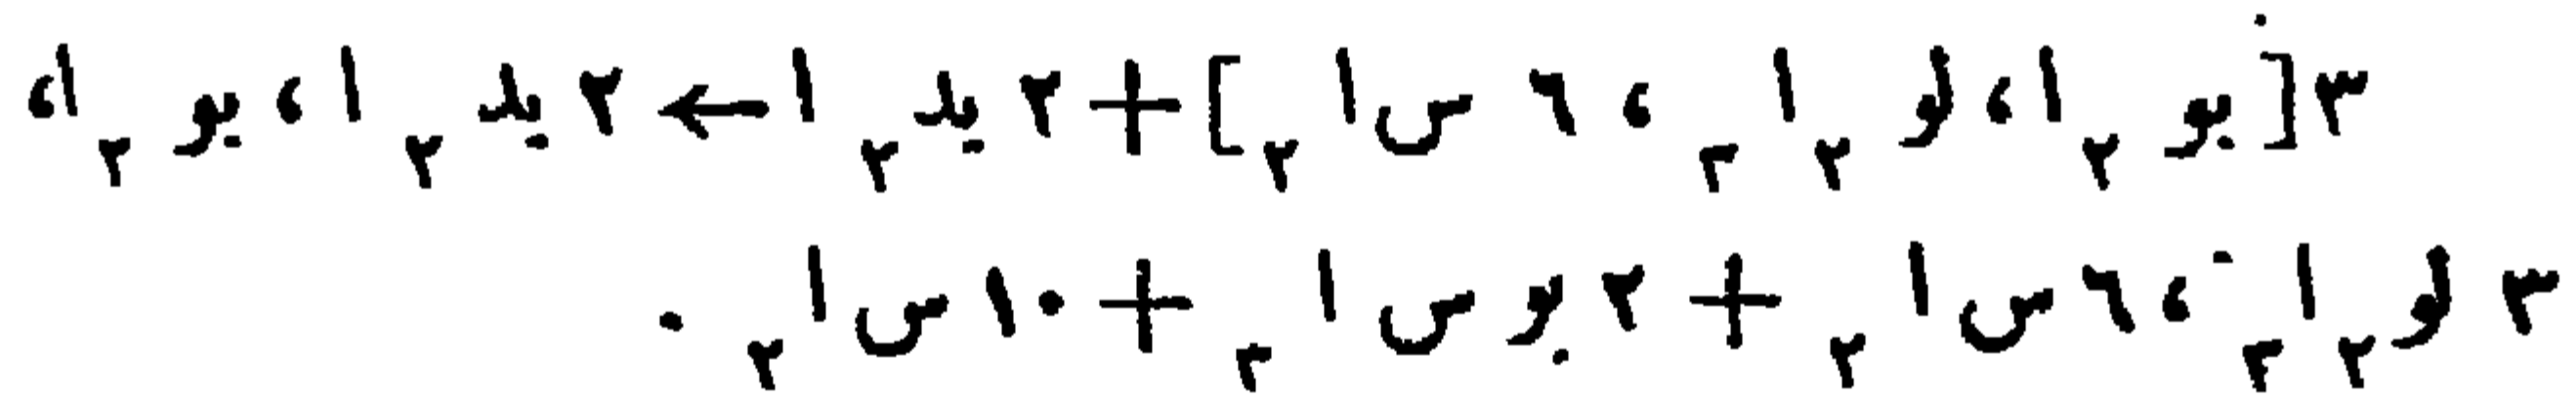

ومعدن السيريسيت الناتج من هذا التحلل الجوفي ثابت لا يتحلل بعد ذلك ليكون الكاولين طوال وجوده بعيداً عن عوامل التحلل الجوية . ومن أمثلة هذه العملية تحلل فلسبار جرانيت جبل فريد بالصحراء الشرقية الجنوبية^(٥).

-
- (١) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥٠٣ ، ١٩٣٥ .
 - (٢) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥١٤ ، ١٩٣٥ .
 - (٣) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥١٩ ، ١٩٣٥ .
 - (٤) تيريل مبادئ البتولوجيا ، ٣٠٩ ، ١٩٣٨ .
 - (٥) هيوم جيولوجية مصر ، ٢ ، ٤٥٥ ، ١٩٣٥ .

كذلك يتحلل الفلspar بفعل المواد المتطايرة تخاللا جوفيا إلى الكاولين مباشرة^(١).

الخواص الحرارية المصاحبة لكونة معدن الأورثوكليز:

ينصهر المعدن قرب درجة حرارة مخروط (٨) أي مايساوي نحو ١٢٠٠ م.

وينتج من التحلل الكاولين وكربونات البوتاسيوم والسيليكا ، ثم ينفصل جزء من أملاح البوتاسيوم الذائبة بتسربها من الكتلة المتحللة ، كما تنتشر السيليكا على هيئة حامض سيلسيك هلامي غير متبلور . ويحدث التحلل بالنسب النظرية الآتية :

	يتكون الأورثوكليز من :	رواسب من :
	٦٤٫٧٪ من ٢	٤٣٫١٪ من ٢ كوارتز
	١٨٫٤٪ لو ٢ ، ١ ، + عوامل التحلل الجوية = ٢١٫٦٪ من ٢	
كاولين	١٦٫٩٪ بو ٢ .	١٨٫٤٪ لو ٢ ، ٣
	١٠٠٫٠	١٦٫٥٪ يد ٢
		٩٩٫٦

أما كربونات البوتاسيوم أحد نواتج العملية فتسرب من بين النواتج لقابلية ذوبانها كما ذكر . وتتكون بعد تنقية الرواسب السابقة مادة الكاولين أو الطين الصيني المركب من :

(١) ميللور : الكيمياء غير العضوية الحديثة ، ٦٨٨ ، ١٩٣٩ .

٤٦٥ ٪ س ا ٣ ،

٣٩٥ ٪ لو ٣ ا ٣ ،

١٤٠ ٪ يد ٣ ا .


١٠٠٠

وترتفع درجة انصهار الطين كلما انفصل القلوي عنه حتى تبلغ أعلى درجة انصهار له عند درجة حرارة مخروط (٣١) أى ما يساوى ١٦٨٠ °م . وذلك مع بقاء الكوارتز فيه .

ثم ترتفع درجة انصهار الطين مرة أخرى بعد فصل الكوارتز عنه في عملية التنقية إلى درجة حرارة مخروط (٣٥) أى ما يساوى ١٧٨٥ °م . وذلك حسب التقديرات النظرية .

وعلى العكس من ذلك ، تنخفض درجة انصهار الطين عند خلطه بأحد مساعدات الصهر مثل الجير ، الماغنيسيا ، الحديد أو القلويات إلى درجة حرارة مخروط^٢ أى ما يساوى ١١٦٥ °م .

و يمثل الشكل رقم (٤) الخطوط البيانية لعمليات تحلل فلبسبار بوتاسيومى إلى الكاولين وتأثير عمليات الغسيل والتنقية على درجات انصهار نواتج التحلل ويتضح من الشكل نسب مكونات نواتج التحلل . وبين الجزء الأيسر من الشكل نسب مكونات الطين الصينى التجارى المنسول النقى . ولا يستدل من الشكل أن الطينات غير النقية تنتج جميعها من أخلاط الكاولين النقى بعد تكوينه بشوائب أرضية خارجية ، فقد تكون الأخيرة بعض نواتج التحلل نفسه .

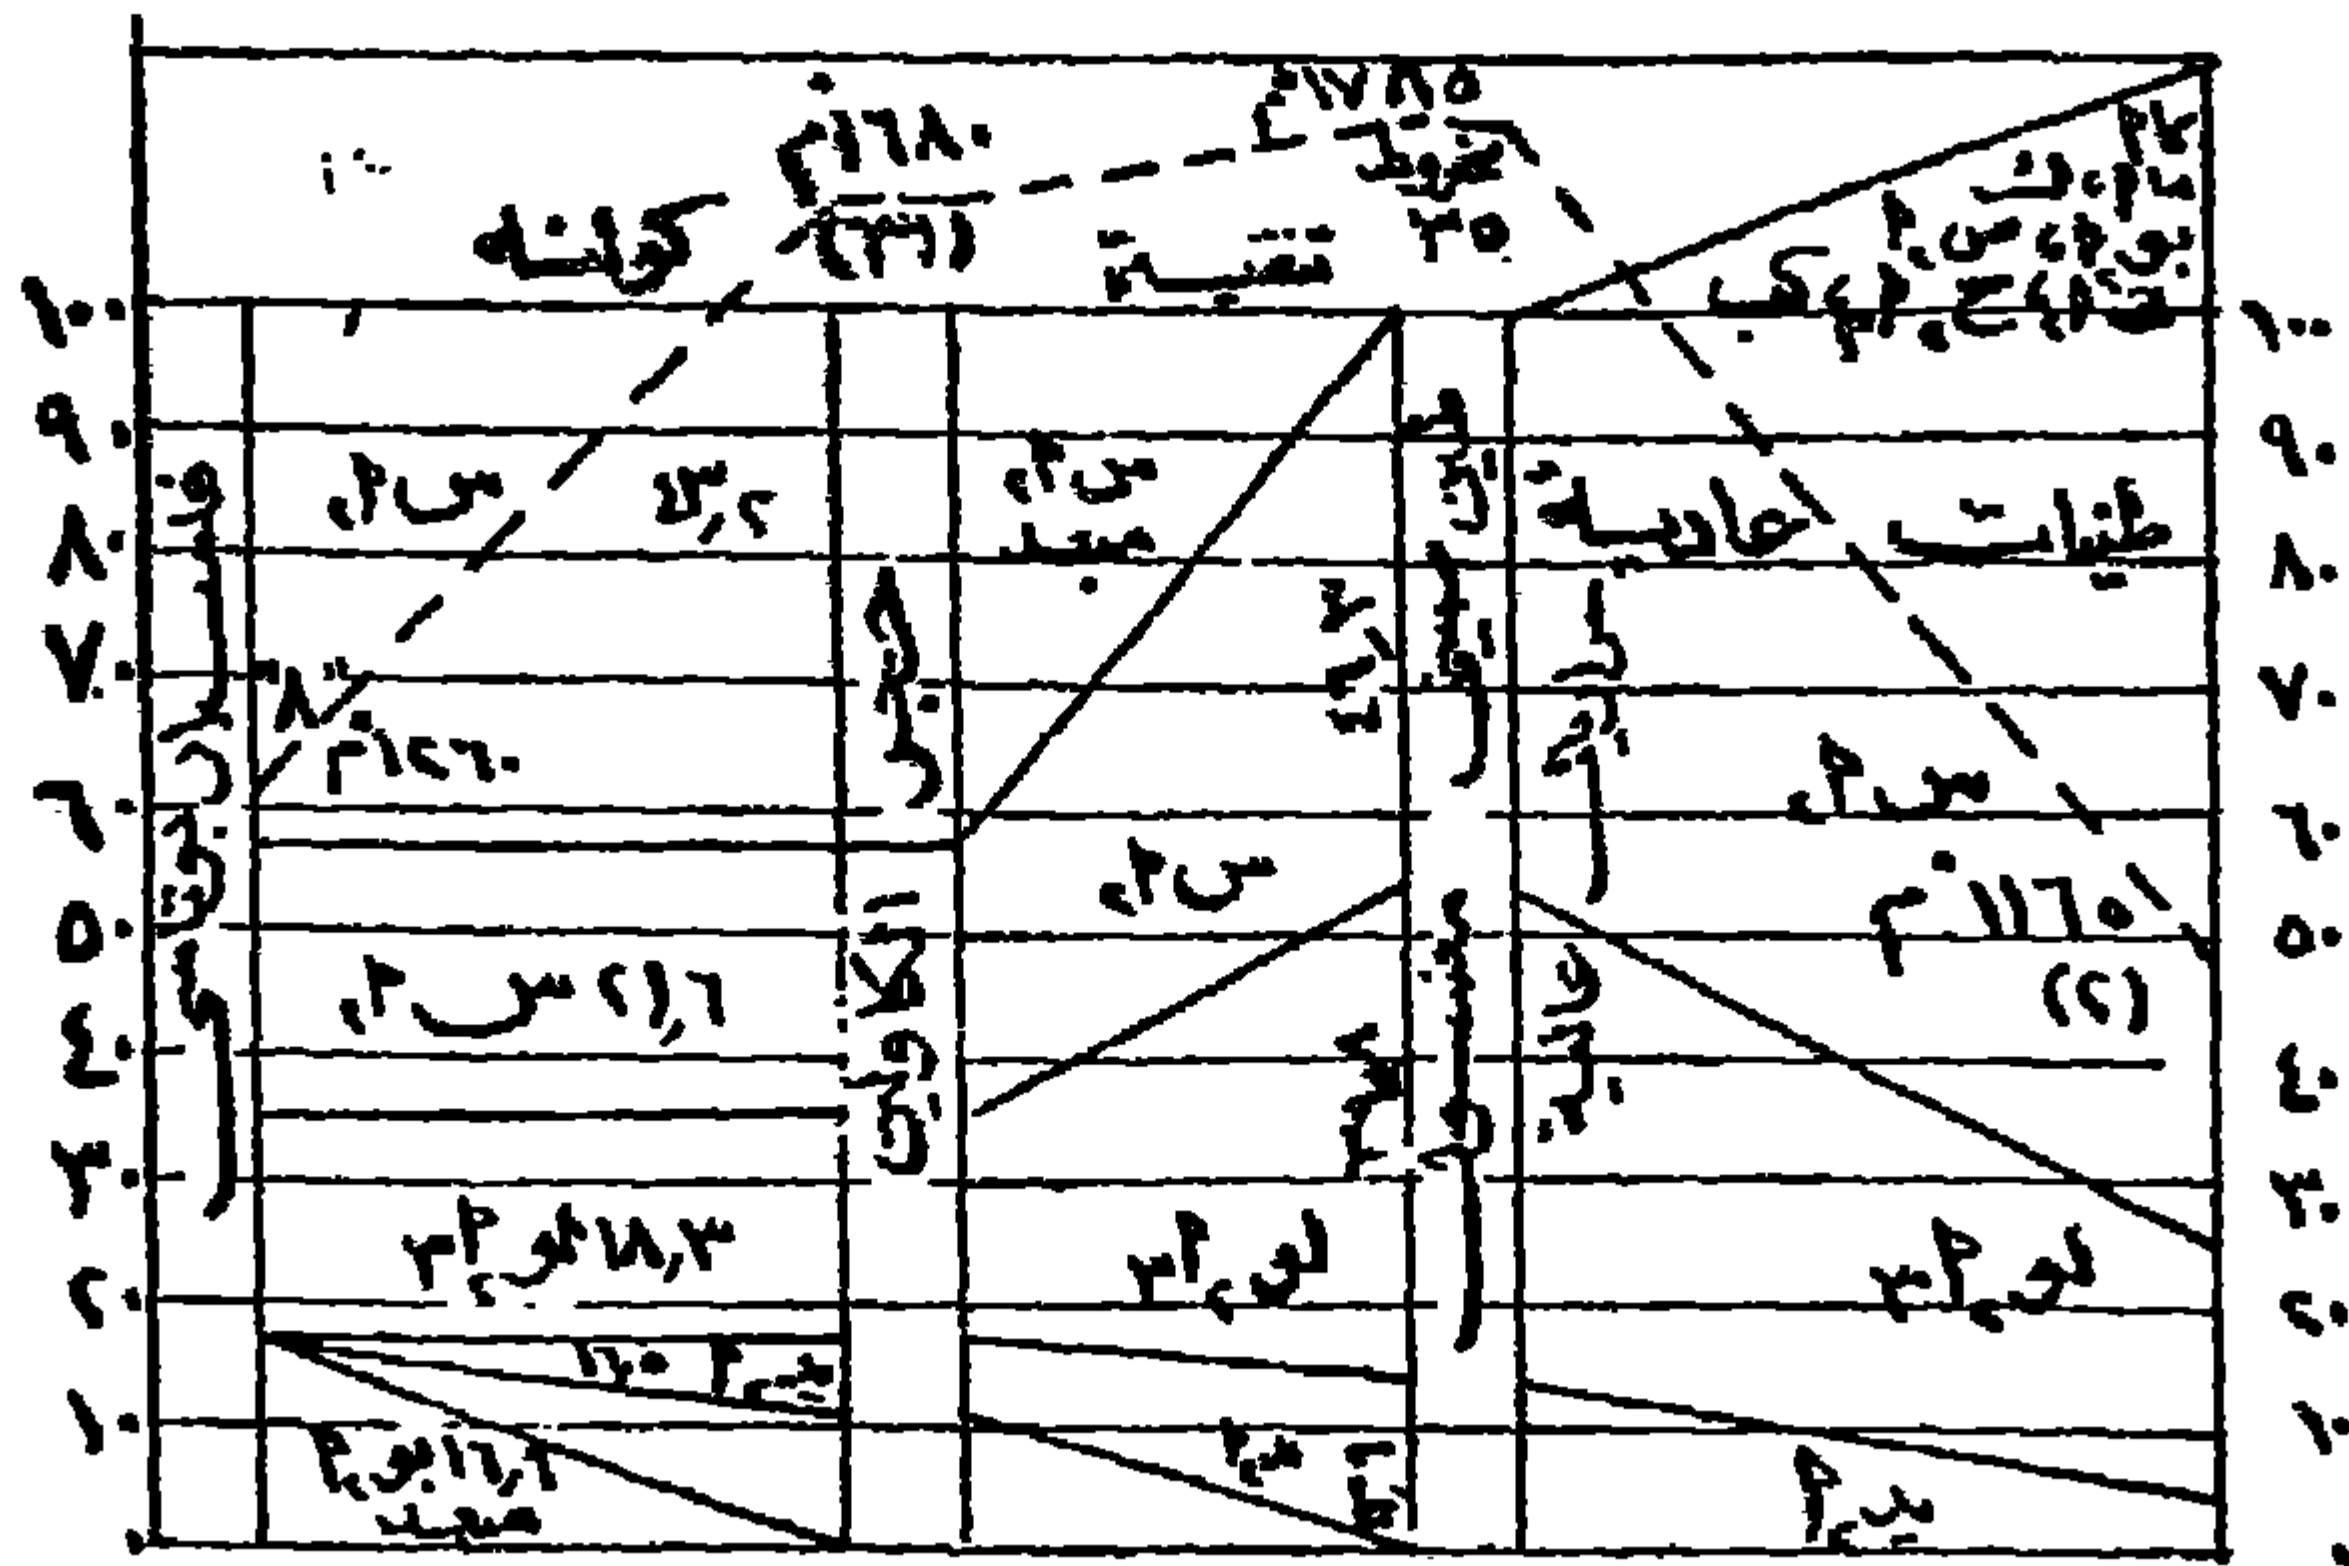

(شكل رقم ٤)


كولنة الفلسبار البوتاسيومى والحوامن الحرارية لتواتج العملية

كولنة معادن البلاجيوكليز :

يتحلل كل من معدنى الألبيت والأنورثيت تحللاً جويًا بفعل الماء وثانى أكسيد الكربون إلى الكاولين و كربونات الصوديوم أو كربونات الكالسيوم والسيليكات، وذلك فى تفاعل يشبه تفاعل كولنة معدن الأورثوكليز السابق مع زيادة فى سرعة التحلل لسرعة انتقال الأملاح الذائبة من وسط التفاعل، ومن أمثلة تحلل معادن البلاجيوكليز تحلل ألبيت صخر بازلت منطقة الشلال بأسوان^(١) وتحلل صخر فليست الشلال بأسوان وصخر بورفير السيانيت بالمنطقة^(٢) وتحلل فلسبار صخر الديوريت من « تل لايا » قرب خور موسى باشا جنوب وادى حلفا^(٣)، وتحلل فلسبار جرانيت « جبل دوش » جنوب

- (١) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥١١ ، ١٩٣٥ .
- (٢) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥٠٨ ، ١٩٣٥ .
- (٣) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٣٠٩ ، ١٩٣٥ .

غرب سكة الجبل بمنطقة أسوان^(١)، وتحلل بلاجيوكليز بورفير الديوريت من « أم عليجة » قرب جبل « أبو دهر » في الصحراء الشرقية الجنوبية، وتحلل صخر من جبل « أم حشيب »^(٢) وتتحلل معادن البلاجيوكليز تحللاً جوفياً منتجة معدن الباراجونيت، وهو من الميكا الصوديومية يقابل معدن السيريسيت وذلك مع سيلكات الصوديوم والسيليكات في تفاعل يشبه ما اقترح لتفاعل تحلل معدن الأورثوكليز عند تحلله جوفياً. إلا أن معدن الباراجونيت الناتج أسهل تحللاً وذوباناً من معدن السيريسيت، إذ يتحلل عند تفاعله مع الماء وثاني أكسيد الكربون إلى نواتج من الكاولين و كربونات الصوديوم، وذلك كما في التفاعل الآتي :

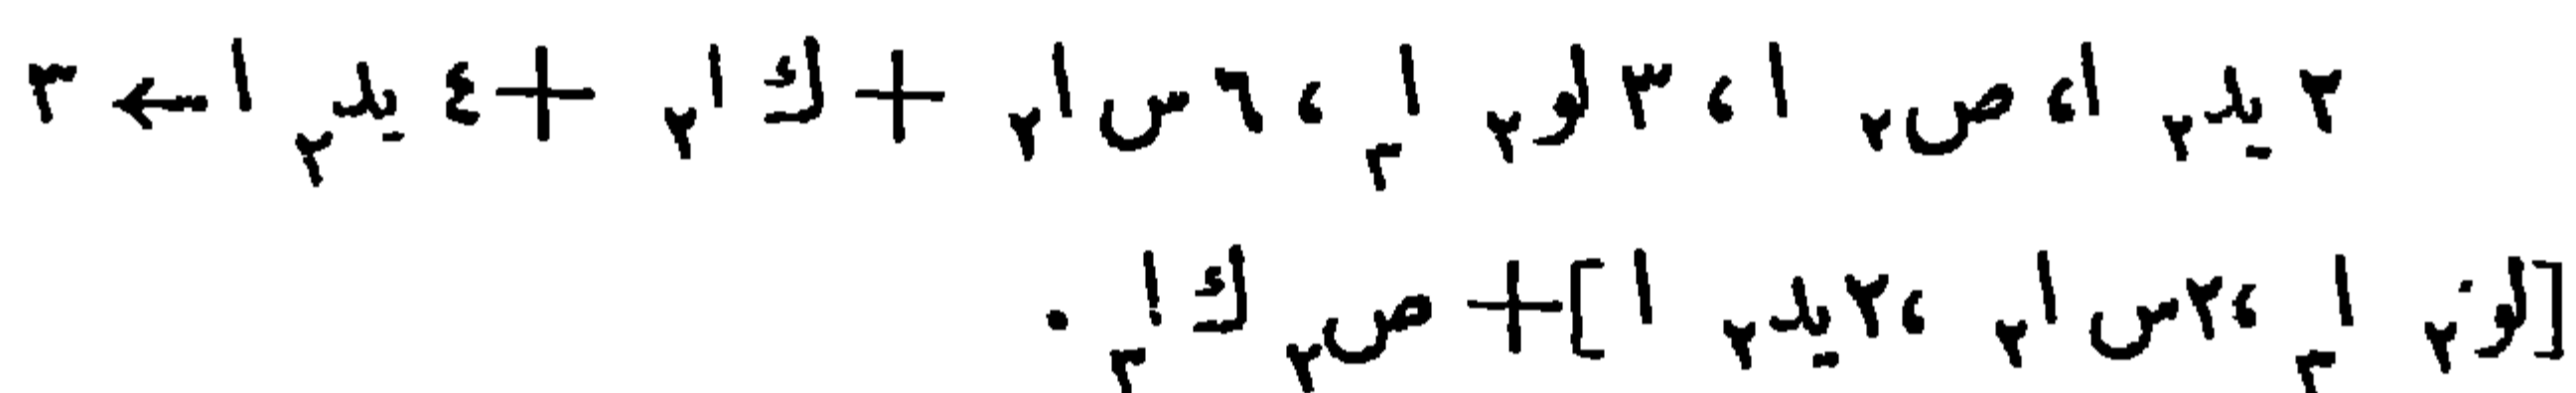

كولنة معدن الأوليجوكليز :

يتحلل المعدن بفعل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى كربونات الصوديوم وكربونات الكالسيوم مع معدن فلسباري، وتنتهي العملية بتحلل الفلسبار إلى الكاولين ومواد قابلة للذوبان.

كولنة معدن البيوتيت :


يوجد البيوتيت أو الميكا السوداء في بعض أنواع صخر الجرانيت قائمة اللون، كما يوجد بين مكونات الصخور المتوسطة والقاعدية. ويتحلل المعدن

(١) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٣٤٥ ، ١٩٣٥ .

(٢) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥٢٠ ، ١٩٣٥ .

إلى الكاولين مع نواتج أخرى تختلف باختلاف حموضة الصخر المتحلل المحتوي على المعدن . ولا يتحلل البيوتيت تحللاً جوفياً .

ويتحلل بيوتيت الجرانيت وغيره من الصخور الحامضة بفعل الماء وثاني أكسيد الكربون وأكسجين الهواء إلى معدن السيريسيت مع نواتج أخرى من كربونات البوتاسيوم وبي كربونات الماغنيسيوم ومعدن السيديريت (كربونات الحديدوز) والليمونيت والسيليكات . ويمثل التفاعل الآتي عمليات تحلل بيوتيت الصخور النارية الحامضة :

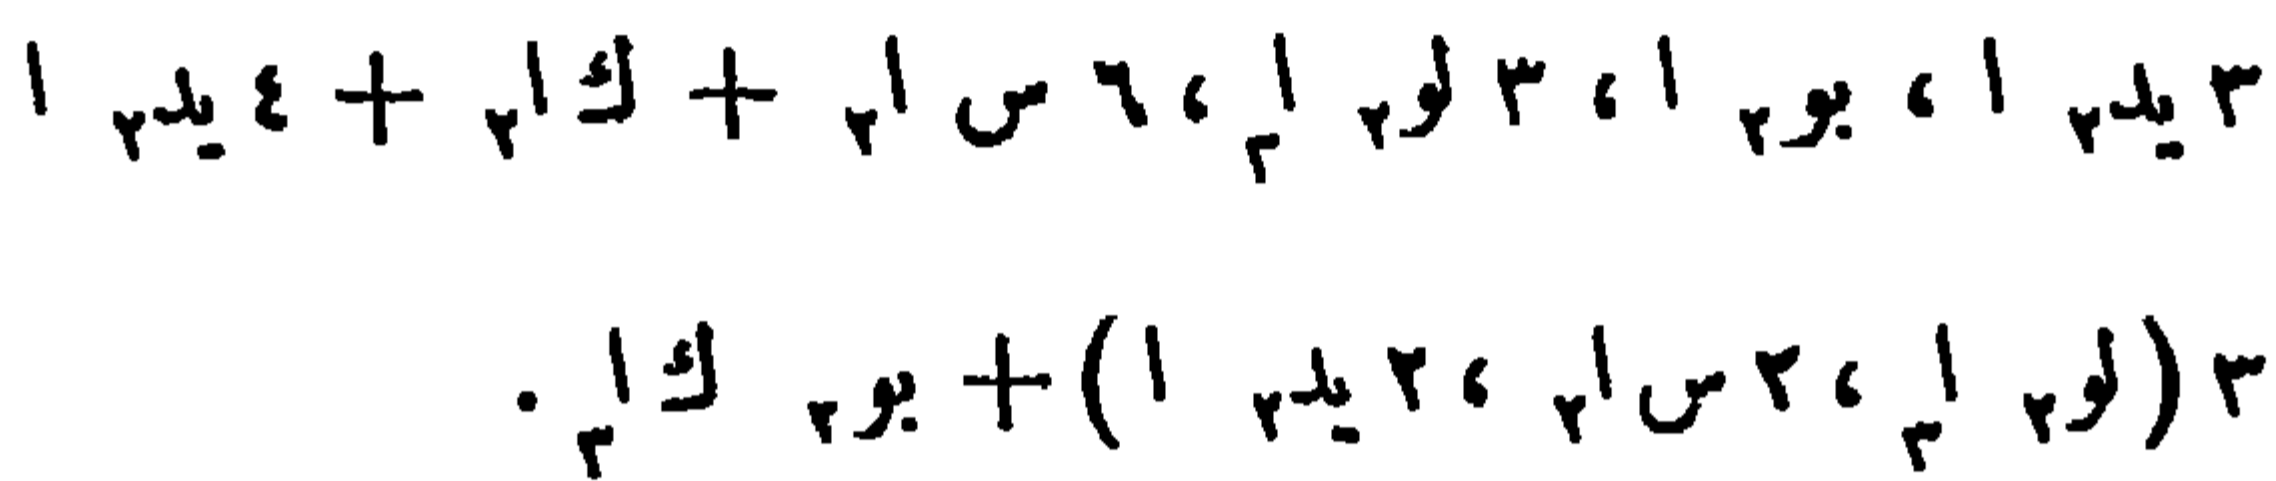

ومن أمثلة تحلل معدن البيوتيت تحلله في جرانيت « جبل رافت » قرب وادي « قنيدية ^(١) » حيث يظهر فيه تحلل البيوتيت إلى كاولين مختلط بالليمونيت . كما يتضح من دراسة عينة دبوريت « جبل أبو حضيض ^(٢) » تحلل معدن السيريسيت الناتجة من تحلل بيوتيت الصخر إلى الكاولين .

وتتغير نواتج بيوتيت الصخور القاعدية والمتوسطة المنخفضة في نسبة السيليكات الفنية بالمكونات الحديدية والماغنيسومية إلى معادن الكلوريت والماجيزيت بجانب معدن السيريسيت الناتج الرئيسي من تحلل البيوتيت .

(١) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٣١٦ ، ١٩٣٥ .

(٢) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥٢١ ، ١٩٣٥ .

ومن أمثلة تحلل معدن البيوتيت في هذه الصخور تحلل بيوتيت صخر الديوريت الميكاني في « جبل أبو حجيلج^(١) » في الصحراء الشرقية الجنوبية حيث يظهر تكون الكاولين مع معادن الكلوريت والإبيدوت والسربنتين والليمونيت.

نواحي تحلل صخر الجرانيت^(٢) :

يتحلل صخر الجرانيت تحللاً جويًا إلى النواحي الآتية :

١ - لا يتحلل الكوارتز ، وإنما يتحول إلى حبات من الرمل .

٢ - يتحلل الأورثوكليز وغيره من معادن الفلسبار إلى :

(أ) سيليكات الألومنيوم المائية ، مادة الطين .

(ب) مركبات ذائبة من الأملاح القلوية .

(ج) سيليكات ذائبة .

٣ - يتحلل البيوتيت إلى :

(أ) سيليكات الألومنيوم المائية المكونة للطين .

(ب) أملاح قلوية وقلوى أرضية ذائبة .

(ج) ليمونيت وهيماتيت وكربونات حديدوز ، وتتأكسد الأخيرة

بأكسجين الهواء إلى الأكسيدات الأولية .

٤ - لا تتحلل الموسكوفيت وإنما تبقى على هيئة رقائق لامعة في الطين .

(١) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٥١٩ ، ١٩٣٥ .

(٢) تيريل : مبادئ البترولوجيا ، ١٧٣ - ١٧٤ - ١٩٣٨ .

٥ — لا يتحلل معدن الزركون ويتبقى في الطين على هيئة بلورات
أوحبات .

٦ — يتحلل معدن الأباتيت إلى مواد ذائبة تنتقل مع غيرها من مواد
قابلة للذوبان إلى المناطق المجاورة .

ويتحلل الجرانيت تحللاً جوفياً إلى كاولين مع مجموعة معادن أقلية من
نواحي تفاعل المواد المتطايرة الجوفية . ويتبقى البيوتيت دون تحلل ، وذلك مع
بقايا فلسبار لم يتحلل .

وبين الجدول الآتي^(١) نتائج تحليل صخر من جرانيت قبل^(٢)
وبعد تحلله . كذلك يتضمن الجدول نتائج تحليل صخور بركانية قبل^(٣) وبعد
تحللها . وتوضح بيانات نتائج التحليل مقادير كل من الزيادة والنقص في
الأكاسيد المكونة للصخور بعد تحللها :

(١) بكان : العمليات الكيميائية والطبيعية المحيطة بتكوين الكاولينات ، تطورات
جمعية الخرف الأمريكية ، ١٣ ، ٣٤٦ ، ١٩١١ . كوشمان : تحلل الصخور وتكوين الطين ،
١٨٠ ، ١٩٠٦ .

(٢) عينات من جرانيت ولاية جورجيا .

(٣) عينات من الصخور البركانية بجزيرة هاواي .

الزيادة أو النقص %	صغور بر كانية بعد التصلل	قبل التصلل	الزيادة أو النقص %	جرا نيت بعد التصلل	قبل التصلل	الاكاسيد
٤٦٧٧٣-	٥٨٢	٥٢٤٥	٣٠٢٥-	٢٨٥٠	٦٨٧٥	س ا٢
-	١١٤٩	١١٤٩	-	١٧٥٩	١٧٥٩	ل و ا٢
٠٦٤+	٤٣٠	٣٦٦	٠١١-	١٢٩	١٤٠	ح ا٢
٥٩٩-	٠٩١	٦٩٠	-	-	-	ح ا٢
٥٧٥-	٠٠٦	٥٨١	٠٥٣-	٠١١	٠٦٤	ط ا٢
١٠٢٢-	٠١٠	١٠٣٢	٢٧٤-	٠٥١	٢٢٥	ك ا٢
٢٣٦-	٠٠٨	٢٤٤	٣٢٥-	١٢٩	٤٥٤	ص ا٢
٠٨٢-	٠٠٧	٠٨٩	١٦٤-	١٦٣	٢٢٧	ب و ا٢
٣٧٩+	٤٨٧	١٠٢	٦٠٣+	٦٥٩	٠٥٦	ب د ا٢
٠٣١-	٠٠٥	٠٣٦	-	-	-	من ا٢
٠٠٢+	٠٢٢	٠٢٠	-	-	-	ك ا٢
٠٣١-	٠٠٧	٠٣٨	-	-	-	ف و ا٢
٢٧١-	١٣٦	٤٠٧	-	-	-	ق ا٢

تحلل معادن الصخور القاعدية :

تتحلل معادن الصخور القاعدية تحللاً أسرع وأسهل من تحلل معادن الصخور الحامضة . وتتركب نواتج تحلل هذه الصخور من سيليكات ألومنيوم مائية بنسب مختلفة في أكاسيدها عن نسب تلك الأكاسيد في نواتج تحلل الصخور النارية الحامضة ، وقد أطلق على هذه المعادن معادن أشباه الطين . ويسمى الطين الناتج باسم الصخر المتحلل عنه . ومن أمثلة نواتج تحلل الصخور النارية القاعدية الطينة البازلتية الناتجة من تحلل صخر بازلتى « دولوريت » في « نيبانوك » بمنطقة الشلال الثانى بوادى حلفا^(١) .

ويتحلل كل من معدنى المוסكوفيت والسيريست عند وجودها فى صخور نارية قاعدية إلى مواد طينية، وذلك بخلاف ثباتهما ومقاومتهما لعوامل التحلل عند وجودها بين مكونات الصخور النارية الحامضة . ويبين جدول كلارك مركبات سيليكات الألومنيوم المائية معادن أشباه الطين الناتجة عن تحلل الصخور النارية القاعدية .

تحلل معادن البيروكسين والأمفيبول :

تتحلل معادن المجموعتين تحللاً غير كاولينى إلى معادن الكلوريت والسربنتين والطلق بفعل الماء .

تحلل معدن الأوليفين :

يتحلل المعدن بفعل الماء وثانى أكسيد الكربون إلى معدنى السربنتين

(١) هيوم : جيولوجية مصر ، ٢ ، ٣١٦ ، ١٩٣٥ .

والماجنيزيت، ومن بين نواتج تحلل المعدن شوائب من مركبات الحديدوز، وقلما يوجد بين النواتج قليل من السيليكا .

عملية الترتة :

وهي عملية تكوين معدن اللاتيريت . ويتكون المعدن من مخلوط من أكسيد الألومنيوم المائي مع نسب مختلفة من أكسيد الحديد المائي ، ويغلب وجود ثاني أكسيد المنجنيز والتيتانيا والسيليكا بين نواتج التحلل . وتتكون النواتج إما من تحلل الكاولين وإما من تحلل الصخور النارية المحتوية على معادن سيليكات الألومنيوم مثل صخور السيانيت . وعوامل التحلل في العملية هي الماء الفزير والحرارة العالية عند وجود الصخر المتحلل تحت طبقات سميكة من التربة والمزروعات . وتحدث عمليات الترتة في الأقاليم الاستوائية والمدارية التي تتوافر فيها العوامل السابقة .

وذلك كما هو الحال في تكوين رواسب اللاتيريت في جزيرة سيشل وفي ولايتي أركنساس وميسوري بأمريكا، وفي غينيا البريطانية وجزيرة مدغشقر . كذلك توجد تكاوين من اللاتيريت في أيرلندا .

وتتركز في عملية الترتة الألومينا المائية على هيئة خامات من الجيبسيت :

لو_٢ أ_٢ ، ٣ يد_٢ ، والبواكسيت : لو_٢ أ_٢ ، ٢ يد_٢ ، والدياسبور :

لو_٢ أ_٢ ، ٤ يد_٢ ، مع انفصال حامض الميتاسيليسيك عن وسط التفاعل ، وذلك في تفاعل كالآتي :

لو_٢ أ_٢ ، ٢ س_٢ ، ٢ يد_٢ + ٢ يد_٢ أ_٢ ← لو_٢ أ_٢ ، ٢ يد_٢ أ_٢

+ ٢ يد_٢ س_٢ .

وذلك كما حدث في مقاطعة « لي بوا » في فرنسا والتي اشتق منها اسم خام البواكسيت المشهور .

ويبين الجدول الآتي نواتج تسلسل عملية الترتة من تحلل صخر السيانيت الناري وتكوين البواكسيت من السكاولين^(١) :

الأوكسيد	نقيليت سيانيت (٢)		بواكسيت
	قبل التحلل	بعد التحلل	
س ا ٢	٥٨ر٠٠	٥٢ر٦٤	١٠ر٦٤
لو ٢ ا ٣	٢٧ر١٠	٢٩ر٥٦	٥٧ر٤٨
ح ٢ ا ٣	١ر٨٦	١ر٠٦	٢ر٥٦
ح ا	٣ر٣٠	٠ر٨٠	٠ر٢٠
ما ا	٠ر٢٥	—	—
كا ا	١ر٦٢	—	—
ص ٢ ا	٦ر٧٠	٤ر٤٦	—
بو ٢ ا	٠ر٢٥	٠ر٤٤	—
لي ا ٢	٠ر٤٠	١ر٢٠	١ر٢٠
يد ٢ ا	١ر٢٢	٩ر٠٠	٢٨ر٣٦
المجموع	١٠٠ر٧٠	٩٩ر١٦	١٠٠ر٤٤

(١) ليشوميد : الجيولوجيا المتحولة ، ٣٠ ، ١٩١٥ .

(٢) المينات من ولاية أركنساس .

الباب الثالث

تقسيم الطين وأنواعه

أول من وضع الأسس الصحيحة لتقسيم الطين هو الأستاذ « إدوارد أورتون^(١) » وذلك حسب بقائه في مكان تحلل صخوره الأصلية أو انتقاله إلى أماكن أخرى . ولو أن ذلك التقسيم يفرق بين الطين المتبقى والطين المنقول وما يتبع ذلك من خواص طبيعية وميكانيكية، إلا أنه لم يدخل في الاعتبار عاملي أصل تكوين الطين وتركيبه الكيميائي ، مما ترتب عليه أن ضمن أورتون القسم الأول من الطين المتبقى أنواعاً من الصخور لم يتم كورتها وما زالت تحتوي على نسب عالية من الفلسبار ومعادن الصخر الأصلي، وهي لا تشترك مع نوع الطين المتبقى إلا في ناحية عدم انتقالها وتختلف عنه فيما عدا ذلك ، كذلك ضمن أورتون هذا القسم مواد أشباه الطين المختلفة عن الطين المتبقى في كل من أصل التكوين والتركيب الكيميائي، فضلاً عن أن الكثير منها منقول من مكان تحلل صخوره الأصلية، الأمر الذي يتناقض مع أسس التقسيم المتبع . لذلك

(١) خريطة تقسيم الرواسب الطينية وعلاقتها بعضها ببعض ، إدوارد أورتون « الصغير »
أستاذ قسم الحرف بجامعة أوهايو بأمريكا .

وجدنا عند تقسيم الطين أن نلاحظ في الاعتبار عامل التكوين والتركيب الكيميائي مع عامل الانتقال أو التبقى حتى يجمع أنواع كل قسم صفات مشتركة موحدة ، وترتب على ذلك فصل الصخور ذات الكولنة الجزئية في قسم خاص بها ، وكذلك أشباه الطين في قسم آخر مستقل بها ، وأصبحت أقسام الطين الرئيسية هي :

(١) الصخور ذات الكولنة الجزئية .

(٢) الكاولينات^(١) ، وقد كانت تسمى بالطين الأولى أو الطين المتبقى .

(٣) الطينات ، وهي المواد ذات الخاصة الطينية ، وكانت تسمى بالطين

الثانوي أو المنقول .

(٤) أشباه الطين .

الصخور ذات الكولنة الجزئية :

وهي نواتج تحلل غير كامل لصخور نارية حامضة ، توجد على هيئة هشيم ناعم أو خشن الفتات في مكان تكويناها محتفظة بكثير من صفات صخرها الأصلي .

وتحتوى هذه المواد على نسبة عالية من الأملاح القلوية مع انخفاض نسبة الماء المرتبط بها ، كما تحتوى على كميات كبيرة من فتات معادن الصخر الأصلي من فلبسبار وكوارتز .

(١) استعمل « إيرنت روزنتال » مصطلح الكاولين للدلالة على ما كان يطلق عليه اسم الطين الأولى. وذلك كما جاء في كتابه « الفخار والخزف » ص ١٧ ، ١٩٥٤ . ومصطلح الكاولين أدق وأوفق في تحديد المعنى كما سيئين من دراستنا لمواد القسم .

وبنية هذه المواد زجاجية هشة سهلة الطحن ، عديمة اللازمية أو ما زالت
في مرحلة اكتسابها . وهي مواد ذات لون فاتح بعد حريقها ، ولها خواص
حرارية متوسطة أو منخفضة تبعاً لنسبة ما بها من قلويات .

وتحتوي هذه الصخور على نسب متفاوتة من الكاولين يمكن استخلاصه
عنها إذا كانت نسبته فيها مجزية ، وذلك بفرزه عنها بإحدى طرق الغسيل
أو التنقية .

وأكثر ما تستعمل فيه هذه المواد في صناعة المنتجات الخزفية البيضاء .
وفي إنتاج مواد البناء الخزفية ، على أن الاستعمال الرئيسي لها هو كمساعدات
صهر في خلطات عجائن الطين وخاصة في الأنواع المنخفضة في نسبة الكاولين .

وتوجد تكوينات هذه الصخور منتشرة في مناطق كثيرة حيث تتعرض
الصخور النارية الحامضة في المنطقة لعوامل التفتت الميكانيكي والتأثير الجزئي
للماء والهواء ، كذلك توجد في الصخور كنواجم تحلل جوفي غير كامل للصخور
النارية الحامضة . وتوجد هذه الصخور بكثرة في صحراوات الجمهورية حيث
تكسو سلاسل الجبال الجرانيتية على هيئة جرانيت متحلل . كما توجد في إقليم
كورنويل في إنجلترا نتيجة تحلل قلسبار صخر الجرانيت تحللاً جزئياً . كذلك
توجد في ولاية جورجيا نتيجة للتحلل الجزئي لقلسبار صخر الريوليت ، ويوجد
منها في تايلور في ولاية واشنطن ، ويستعمل الأمريكيون الصخر في صناعة
طوب الوجهات الفاتح اللون . ومن أشهر أنواع هذه الصخور كثيرة
الاستعمال في الصناعات الخزفية حجر الكورنيش من كورنويل واسبار
أو كفور دواسبار بكنجام واسبار جوود فراي من إنجلترا والحجر الياباني من

اليابان . وقد سبق الكلام عنها في موضوع الصخور الفلسبارية في الباب الأول من الكتاب .

الكاولينات :

الكاولينات هي نواتج التحلل النهائية لعمليات كoulنة معادن فلسبار الصخور النارية الحامضة ، والمتبقية في مكان تكويناها على هيئة رسوبيات غير منتظمة من الطين .

وتنعدم أو تكاد تنعدم القلويات في الكاولينات ، كما أنها تكاد تكون خالية من الشوائب فيما عدا القليل من حبات الكوارتز وآثار من فلسبار قاوم فعل التحلل ، كما تحتوي على الضئيل من بعض فئات من رقائق الميكا البيضاء ، وكلما تحتوي الكاولينات على الحديد الذي يكون عند وجوده كآثار فقط . كما قد تحتوي بعض الكاولينات على حبات أو بلورات من الزركون والروتين أو معادن المواد المتطايرة في الكاولينات المتحللة جوفيا .

والكاولينات مواد بيضاء أو مصفرة ، خشنة الجسيمات نسبيا ، منخفضة اللازمية ذات قابلية تشكيل ضعيفة . وللكاولينات خواص حرارية عالية ، فهي صعبة الانصهار إذ تتراوح درجات انصهارها بين ١٤٠٠ - ١٨٥٠ م وهي على ذلك لا تنصهر في طب البورى . وللكاولينات معامل انكماش حرارى صغير جداً يبلغ ٣١٦.٠٠٠٠٠ ر. من المليمتر . ويعطى الكاولين لونا أبيض بعد حرقه ، ويفقد ماء ارتباطه دون أن يتغير تركيبه الكيميائى . وتقاوم الكاولينات فعل الكياويات . وأهم أنواع الكاولينات هي :

حجر الكاولين :

وهو الكاولين العادي ، ويتكون من مادة رخوة بيضاء أو مصفرة ، سهلة التفتت يتكون من مادة ثنائي سيليكات الألومنيوم المائية على هيئة الكاولين المتبلور وغير المتبلور مع الشوائب العادية التي توجد مختلطة بالكاولينات عادة والتي سبق ذكرها .

ولازية الكاولين منخفضة . وهو ذو ملمس دهني ضعيف ، له رائحة طينية عند عجنه بالماء . وللكاولين خواص حرارية عالية فهو ينصهر في درجة حرارة مخروط (٣٤) أي ما يساوي ١٧٦٠°م . وتنصهر الأنواع النقية منه في درجة حرارة مخروط (٣٥) أي ما يساوي ١٧٨٠°م . وينصهر الكاولين إلى مائع منخفض اللزوجة . ويقاوم فعل الأحماض والقويات ولا يتغير تركيبه عند تسخينه إلى درجة حرارة ٨٥٠°م التي عندها يبدأ في التحول إلى معدن الموليت . ولا يذوب الكاولين في الماء ولكنه يرتبط جزئيه بجزء من الماء ارتباطا ميكانيكيا مكونا مادة لازبة ، وهو في ذلك أقل أنواع الطين في قابليته للارتباط بالماء وأقلها لازبية .

وتختلف مكونات الكاولين الإضافية، وكذلك نتائج تحليله الكيميائي .

وليس للتركيب الكيميائي أهمية تذكر كأهمية الخواص الميكانيكية والطبيعية الأخرى من وجهة صناعة الخزف التي تهتم بنوع ومقدار الشوائب الضارة التي قد توجد فيه .

وتوجد تكوينات الكاولين في مناطق أشهرها بلاد الصين^(١) وإنجلترا، وأشهر مناجمها في أوربا ما يوجد قرب «تستلتز» بتشيكوسلوفاكيا حيث يعرف بالكاولين البوهيمي وهو أنقى أنواع الكاولين في العالم وأشدّها لازية وأنصعها بياضا بعد الحريق، وتكتسب مشغولاته متانة وصلادة عند التجفيف وبعد التسوية. كما توجد رواسب الكاولين في فرنسا قرب «ليموج» وكاليفنيا على درجة كبيرة من النقاء والجودة، كذلك يوجد الكاولين في مقاطعة «بريتاني». وفي منطقة الجبال الجرانيتية «باليرنيز» بفرنسا. ويوجد في ألمانيا الشرقية النوع المعروف باسم «ساكسون» في إقليم «ساكسونيا» ويناسب هذا الكاولين صناعة أجود أنواع الصينى، كذلك يوجد قرب «ميسين» و«هوليه» و«كل نوع من الكاولينات السابقة منتجاته المعروفة باسم منطقتيها، وتمتلك روسيا رواسب كبيرة من الكاولين الصالح للصناعة وخاصة في جمهورية أوكرانيا. وتوجد رواسب من الكاولين الجيد النقي في الولايات المتحدة الأمريكية في ولايات «كولينا الشمالية» و«جورجيا» و«واشنطن» و«ألاباما» وشمال غرب «ايداهو». ويوجد الكاولين في شبه جزيرة سيناء في وادي بدعة ووادي بودة ووادي نقشي ووادي عجاج وقرب أبو زينة وفي موارد القدر وجبل سبع سلامة — ومن أنواعه كاولين السباع بالنسبة إلى مكشفه. ويحتوي الكاولين بسيناء على تيتانيا على هيئة معدن الإيلمانيت منفردة، وهذه تسبب قتامة لون مشغولاته.

(١) يبدو أن اشتقاق الاسم «كاولين» يرجع إلى اسم جبل في بلاد الصين «بسي» (كاو — لنج) أي الجرف المرتفع، ويقع قريبا من «جاو — كاو — فو»، ويعتقد أنه أول مكان وجدت فيه المادة.

والكاولين من النوع الجيد في كثير من مناطقه ، وتحتاج الأنواع التي هي أقل جودة إلى عمليات تنقية وسحق رطب لفصل الخشن منه وتنعيمه ، ويحتوي كاولين سيناء على نسب متفاوتة من الحديد ، وهو يوجد على هيئة عروق في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة .

ويستعمل الكاولين في صناعة البورسيلان والمنتجات الخزفية البيضاء وفي صناعة التريعات والأدوات الصحية ، كما يصلح الكاولين في صناعة الحرارية التي تسخن إلى درجة حرارة مخروط (٣٤) أي ما يساوي ١٧٦٠° م . ويستعمل الكاولين في غير المنتجات الخزفية في ملء الأوراق وفي موسعات الدهان .

الطين الصيني :

أو الكاولين الإنجليزي ، وهو الاسم التجاري للكاولين المجهز من حجر كورنول ، وكان يستورد في أول أمره من بلاد الصين . ويمكن تجهيز الطين الصيني من أي كاولين طبيعي آخر .

والطين الصيني مسحوق أبيض غير متبلور شديد النعومة ، وهو في جملته يشبه الكاولين في صفاته ويمتاز عنه بالنقاء وارتفاع درجة الانصهار فقط .

ويستعمل الطين الصيني في الأغراض التي يستعمل فيها الكاولين .

الكاولين السيليسي :

وهو كاولين يحتوي على نسبة عالية من السيليكا المنفردة (كوارتز) قد تصل إلى ٣٠٪ أو أكثر ، وتوجد السيليكا فيه على هيئة مسحوق شديد

النعومة يصعب فصلها في عمليات التنقية . والكاولين السيليسي أقل جودة ولازبية وخواص حرارية من الكاولين، وله بنية حبيبية، ومن أنواعه المستخدمة في صناعة الطوب الحرارى ما يتكون من :

٧٥٫٧ ٪ سيليكا	٠٫١٤ ٪ جير
٢٠٫٢ ٪ ألومينا	٠٫١٣ ٪ ماغنيسيا
١٠ ٪ أكسيد حديدك	١٫٧٦ ٪ بوتاسا
	٠٫٨٢ ٪ صودا

وينصهر في درجة حرارة مخروط ٣٢٠ . ويستعمل كمادة إضافية مع بعض الطينات، كالطينات الكروية في صناعة البورسيلان والفخار وبعض الحراريات.

الطينات :

تكون الطينات بصفة أساسية من معادن سيليكات الألومنيوم انائية غير المتبلورة ، تتجت من تحول الكاولينات عند انتقالها من أماكن تحلل صخورها بعوامل النقل من ماء أو رياح أو ثلوج إلى أماكن قريبة أو بعيدة عن أماكن تكوينها . وتنعم الكاولينات في أثناء انتقالها وتكتسب خواصا من اللازبية العالية وقابلية التشكيل لتعرضها لعوامل الاحتكاك والاصطدام والسحق وما يلحق بها من بعض الغرويات الحافظة من مستحلبات الدبال العضوى عند مرورها وملاستها لمناطق زراعية ، مع ما يختلط بها من مواد قلوية . وترسب الطينات عند نقلها بالماء على هيئة طبقات مستوية يتخللها بعض طبقات من الرمال أو الصخور الجيرية . أما الطينات المنقولة بعوامل الرياح والثلوج فلا تتخذ نظاما طبقيًا مستويا عند رسوبها . وتتكون الطينات المنقولة

بأرياح من بنية دقيقة متجانسة ، أما الطينات التي ترسبها الثلجات فتتكون من ركامات مليئة بالأخلاق الأرضية غير المتجانسة لا في التركيب ولا في الأقسام .

وكثيراً ما يعلق في الطينات في أثناء مرورها على صخور تخالفها أخلاق أرضية من هشيم تلك الصخور أو محاليل تحتوى على أملاح ذائبة في مياه النقل كالجبس وغيره من شوائب . وليس من الضروري أن يكون مصدر تلك الشوائب كلها الطريق الذي مرت فيه الطينات، فقد تكون تلك الشوائب مصاحبة لها من أماكن تحلل الصخر الناري الأصلي . وعلى العكس من ذلك فقد تفيد عملية النقل في تخلص الطينة من شوائبها كما هو الحال في فعل الرياح أو ما تلاقية الطينة من عمليات الفسيل بواسطة مياه غزيرة . ومن ذلك يتبين أن لكل طينة ظروفها المفيدة أو الضارة التي أحاطت بتكوينها ونقلها .

والطينات كتل رخوة أو متماسكة ذات ألوان تتراوح بين الأبيض والقاتم ومنها ما يكون أسود ، ذات ملمس دهني واضح ، تكون مواد لازبة عند عجنها بالماء ، وللطينات المبتلة راتجة قوية مميزة لها ، وهي تلزق باللسان عند تذوقها . وتحتوى الطينات على مواد غريبة في العادة، وذلك ما لم تمر على مناطق متماسكة الصخور غير مفتتة السطح. أو تكون قد مرت على مناطق من نفس تركيب الطينة المنقولة ولم يخالفها شوائب من البداية . وقد جرت العادة عند تجهيز الطينات ذات الحبات الخشنة أن تنعم بطحنها طحناً رطبا دون فصل الخشن عنها . ويختلف نقاء الطينات الطبيعية، فمنها ما يكون على درجات عالية من النقاء يصل في بعضها إلى ٩٩٪ كما هو الحال في طينات جورجيا، ومنها

ما هو منخفض النقاء لا تتجاوز نسبة المواد النقية فيها ٢٥٪ وذلك كما في
رواسب فلوريد الطينية .

وتتفاوت الطينات في خواصها الحرارية تبعاً لنقاؤها ومقدار ونوع ما
تحتويه من مساعدات صهر ، ولكنها لا تصل في خواصها الحرارية درجة
الكاولينات على أية حال من الأحوال . وتنصهر أجود أنواع الطينات في
درجة حرارة مخروط (٣١) أي ما يساوي ١٧٠٠°م. وتدرج الطينات من حيث
خواصها الحرارية إلى ثلاثة درجات رئيسية ، هي :

(١) طينات عالية الخواص الحرارية ،

(٢) طينات متوسطة الخواص الحرارية ،

(٣) طينات سهلة الانصهار ،

الطينات ذات الخواص العالية :

وهذه طينات تبدأ لينها في درجة حرارة مخروط (٣١) . وأنواع هذه
الطينات هي :

الطينة البيضاء : وهي أنقى وأرقى أنواع الطينات . وتتكون من
جسيمات دقيقة ومواد نقية ذات لون أبيض ناعمة اللمس عالية اللابزية تكاد
تصل نسبة الألومينا بها إلى المعدل في معادن الطين الكاولينية ، وهي خالية
من الحديد لونها أبيض بعد الحريق ، وذلك مثل طينة جورجيا .

وتستعمل الطينة البيضاء في عمل عجائن الفخار الأبيض الراق والذي
تسمى منتجاناه أحياناً باسم الصيني المعتم . كذلك تضاف الطينة إلى مكونات

عجائن الصيني الشفاف لترفع من لزوجيتها . وتتحمل مشغولاتها درجات حرارة .
تصل إلى ١٧٠٠ م° .

الطينة اللازقة : أو طينة كروية ، وتمتاز هذه الطينة بشدة اللازقية والتماسك
وقوة الالتصاق مما يكسبها الشكل الكروي المسماة باسمه . ولون الطينة رمادي .
قام أو أسود لاختلاطها بالمواد النباتية المنتشرة في البحيرات الضحلة
والمستنقعات التي ترسبت فيها ، ولون الطينة بعد الحريق أبيض أو كريم باهت ،
والطينة على درجة عالية من النعومة والملمس . وتمتص ماء غزيرا عند عجنها به
وتكتسب الطينة بنية زجاجية صماء كثيفة عند تسخينها في درجات حرارة
منخفضة نسبيا ، وذلك في درجات حرارة مخروطي (٨) و (٦) أي ما يساوي
٩٤٠ — ٩٨٠ م° . ويستمر جسم الطينة محتفظاً بينته هذه في درجات الحرارة
العالية دون انتفاخ أو تكوين مسام أنبوية ، إلا أن معامل انكماشها عال .

وتستعمل الطينة اللازقة في صناعة الطوب الحراري ، وفي تكوين مواد
أسمنتية حرارية يخلطها بالرمل النقي ، وتستعمل تلك المواد الأسمنتية في لصق
وحدات الأجسام الحرارية البيضاء .

وتوجد أجود أنواع الطينة اللازقة في إنجلترا في مقاطعة «ديفونشير» على
هيئة طبقات منتظمة على درجة عالية من النقاء ، كما توجد أحيانا مغطاة
أو مختلطة بفحم الليجنيت . وتصدر الطينة اللازقة من إنجلترا إلى جميع أنحاء
العالم المستعمل لها . كذلك توجد أنواع من الطينة أقل جودة في ولايات
« كاليفورنيا » و « تينيسي » والجنوب الغربي من « كنتوكي » . وتوجد أنواع
من الطينة اللازقة في « فيلادستين » بتشيكوسلوفاكيا ، وفي إيطاليا وسيليزيا

وآسيا الصغرى . كذلك توجد أنواع من طينات أسوان البيضاء ذات خواص
تشبه خواص الطينات اللازقة .

وتجهز بعض أنواع الطينات اللازقة من فرز الطين الصينى ، ولتلك الأنواع
المجهزة خواص حرارية أعلى من خواص الأنواع الطبيعية ، كما أنها أقل منها فى
معامل الانكماش .

الطين الحرارى :

وهو كاولين تصل فيه نسبة الحديد إلى ٢ ٪ من نسبة الكوارتز ،
ولكنه خال من القلويات ومساعدات الصهر الأخرى .

ويمتاز الكاولين الحرارى فوق تحمله لدراجات حرارة تصل إلى ١٧٠٠ م°
بمقاومته للتغيرات الحرارية المفاجئة ، ويرجع ذلك إلى صفر معامل انكماشه
المتناهى ، كما يمتاز بمتانته وعدم تفتته عند تعرضه لعمليات التسخين والتبريد
للتكررة .

والتكاولين الحرارى نوعان ، هما :

(١) النوع السيليسى وهو كاولين حرارى يحتوى على نسب مختلفة النعومة
من السيليكات المنفردة .

(٢) النوع الألومنيومى وترتفع فيه نسبة الألومينا عن المعدل فى معدن
الكاولين . ولهذا النوع خواص حرارية أعلى من خواص النوع السيليسى .
وبين الجدول الآتى الفرق بين نواتج تحليل نوعى الكاولين الحرارى :

الأوكاسيد	كاولين حرارى (١)	سليسى (٢)	كاولين حرارى (٣)	اومنيومى (٤)
س ^١	٦١ر٣٣	٧٠ر٠٤	٤٢ر٠٠	٤٦ر٩٠
لو ^٢	٢٤ر٦٩	١٨ر٥٠	٣٨ر٩٦	٣٦ر٤٠
كا ^١	٠ر٢٥	٠ر٧٥	١ر٠٦	—
ح ^٢	٢ر٢٠	٠ر٧٥	٠ر٨٥	—
ما ^١	١ر٢٨	—	٠ر١٧	١ر٠٠
مواد متطايرة	١٠ر٢٥	٩ر٩٦	١٦ر٩٦	١٤ر٨٠

والكاولين الحرارى ذو لون أبيض مشوب ، ويغلب فيه اللون الرمادى كما يتلون أحيانا بألوان خفيفة باهتة أخرى . ويقاوم الكاولين الحرارى فعل الكيمياويات .

ويوجد الكاولين الحرارى فى إنجلترا واسكتلندة ، كما يوجد فى ألمانيا الغربية وغيرها .

ويعد الكاولين الحرارى من أجود مواد صناعة طوب الأفران وبوادر الصهر وأدوات الرص ، كما تصنع منه مواسير المداخن وبطانات غرف الغازات ودواليب الأبنجرة الأكلة ، والأوعية الكيماوية .

كاولينات أخرى :

ومن أنواع الكاولينات الأخرى الكاولين الزلظى والكاولين الطبقى ، وهذه كاولينات متماسكة أقل فى لازيتها من الكاولينات الرخوة السابقة .

الطينة الزلظية الحرارية : وهذه طينة متماسكة كثيفة البنية

ذات شكل زلظى ، تنخفض نسبة السيليكات فيها عن المعدل . والطينة

ذات مكسر محارى منخفضة فى لازيتها ولكنها تكتسب لازبية عالية عند طحنها تحت الماء فى طواحين البلى أو بين كفتى الرحى . وتشبه هذه الطينة الطينة الكروية فى المكونات واللون والخواص الحرارية ومعامل الانكماش، إلا أنها أقل تماسكا من الطينة الكروية مما يسبب لجسمها تشققاً ضاراً عند تسويتها . ولون الطينة قمحى بعد الحريق . ومن أنواع الطينة الزلطية الحرارية ما يحتوى على نسبة أعلى من المعدل من الألومينا وذلك يقربها من معدن اللاتيريت . وتستعمل الطينة فى صناعة الحرارية العادية .

وتوجد الطينة الزلطية الحرارية فى « أوليف هيل » متداخلة مع نوع آخر من الطينات الحرارية اللازبية ، كما توجد فى جيوب الصخور الجيرية بولاية « ميسورى » وفى « كامارام » بولاية « واشنطن » حيث توجد فى طبقات متداخلة مع طبقات طفل ذو لون أحمر داكن وطبقات من مواد فحمية وصخور رملية .

الطينة الرابطة الحرارية : وهى طينة لاصقة متماسكة ، تتحول إلى جسم زجاجى البنية ذى لون قمحى قائم بعد الحريق . وتستخدم الطينة كإحدى أسمنتية للمشغولات الزجاجية وفى صناعة بواقد الصهر .

وتوجد الطينة الرابطة الحرارية فى « جروس النيرود » و « كلينجنبرج » فى ألمانيا كما توجد فى إنجلترا . وكانت تستوردها أمريكا حتى استبدلت بها فى كثير من الأوقات خلطات من طينات « كنتوكى » وجنوب « اللينوى » و « أركنساس » و « ميسورى » .

مواد حرارية ألومينية : وهى مواد طينية ترتفع فيها نسبة الألومينا إلى

٣٩٨ / مما يجعلها قريبة الشبه والخواص من معدني البواكسيت والدياسبور .
وتوجد هذه المواد في « أركنساس » و « جورجيا » و « غينا البريطانية »
وفرنسا والهند وإيرلندا . وتستخدم هذه المواد الحرارية الألومينية مع الأنواع
غير النقية من خامات الألومنيوم في مناطق وجودها في صناعة المنتجات
الحرارية للأفران الكهربائية مثل أوعية وأدوات الأندم ، كما تستخدم في
صناعة مسحوق الكورند المتبلور كمواد حرارية ومواد الجلسخ . ويستخدم
الدياسبور أحد هذه المواد كمادة حرارية ممتازة في صناعة الطوب الحراري
الأعلى في خواصه الحرارية من الطوب الحراري العادي .

الطينات ذات الخواص الحرارية المتوسطة :

تزداد نسبة مساعدات الصهر في هذه الطينات عن نسب وجودها في
الطينات ذات الخواص الحرارية العالية . وتبلغ درجة حرارة لينها درجات
حرارة مخروط (١٩) أي ما يساوي ١٥٠٠ م . وتكون هذه الطينات أجساما
ذات بنية زجاجية عند تسويتها في درجات حرارة بين ١٢٠٠ — ١٣٥٠ م .
ويتراوح لون الطينات بعد حريقها بين الأحمر والبنى والأسود ، ويلاحظ أن
اللون يغمق في درجات الحريق المنخفضة . وتحتوي تلك الطينات على شوائب
من أكسيد الحديد الذي يرجع إليه سبب لون الطينة بعد حريقها ، كذلك
تحتوي على كثير من الكوارتز والفلسبار والميكا مع قليل من الجير والمغنيسيا .

ويطلب استعمال الطينات المتوسطة في خواصها الحرارية في صناعة طوب
البناء قمعى اللون، وفي التريعات فاتحة اللون، وفي منتجات الفخار الأحمر، وفي
الأنواع المختلفة من الفخار والخزف الزلطى ، كما تصنع منها القدور صفراء
اللون وبعض قطع الخزف الفنى .

وتوجد هذه الطينات على هيئة طبقات منتظمة شاسعة الامتداد أوفى شكل عدسات محدودة الاتساع ، كذلك توجد داخل جيوب وكهوف الصخور الأخرى على هيئة رواسب رخوة لم تتعرض لأى ضغط أو عوامل إحداث التماسك ، كذلك توجد على هيئة طفل شديد التماسك فى حالات أخرى . وأهم أنواع الطينات ذات الخواص الحرارية المتوسطة هى :

الطينة الحديدية متوسطة الانصهار : وهى طينة تحتوى على ٤ - ٧٪ أكسيد حديدك وتمتاز الطينة بشدة تماسكها ونعومة ملمسها وارتفاع لازبيتها وصعوبة انصهارها عن باقى أنواع الطينات ذات الخواص الحرارية المتوسطة . وقد تحتوى الطينة الحديدية على نسب صغيرة من كربونات الكالسيوم وآثار من القلويات وغيرها من الشوائب . وتنخفض خواص الطينة الحرارية بارتفاع نسبة الحديد فيها . ويغلب وجود الطينة على هيئة حجر طينى متماسك . وتتراوح ألوان الطينات الحديدية بين الأصفر والأحمر والأخضر أكثرها انتشاراً .

وتستعمل الطينات الحديدية كمواد أساسية فى عجائن مشغولات الحرف الزلظى العادى والأوعية الكيمائية . وتضاف الطينة الحديدية إلى الطينات الجيرية فى عجائن منتجات الفخار الأحمر القابل للتزجيج ، وذلك لتكسب سطح المشغول نعومة وترفع من خواصه الحرارية .

وتوجد طينات حديدية فى شرق ولاية واشنطن وقرب « نوكسك » بالولاية ، كذلك توجد هذه الطينات قرب بورتلاند بإنجلترا . والطين الأسوانى أو الأسوانلى فى الجمهورية طينة حديدية ، توجد على هيئة رواسب داخل كهوف صخور المنطقة فى جنوب وغرب أسوان وبحرى وقبلى أبو الرش وفى أميركاب ونجع حجاب ووادى الحيطه وسكة العرض ووادى أبو عجاج . والطين

الأسوانى هو الطينة المحلية الصالحة لصناعة الفخار . ومن الطين الأسوانى ما هو مفروز وتقل فيه نسبة الحديد كثيراً عن الأنواع العامة ويعطى لون الكرم عند حرقه : وتسوى مشغولات الطين المفروز فى درجة حرارة ١١٥٠ م ، وهى فى ذلك أعلى من درجات تسوية مشغولات الأنواع العامة بنحو مائة درجة مئوية .

الطينات سهلة الانصهار :

وهى طينات رخوة فى الغالب ، ذات ألوان قائمة بعد الحريق ، سهلة الانصهار ، ولا يصح تسوية مشغولاتها فوق درجة حرارة مخروط (٥) أى مايساوى ١٠٠٠ م حتى لا يفقد المشغول شكله إذا سخن فوق هذه الدرجة من الحرارة . وتحتوى هذه الطينات على كميات كبيرة من مساعدات الصهر القوية من قلويات ومواد جيرية .

وتنحصر الاستعمالات الرئيسية لهذه الطينات فى صناعة الطوب العادى والمشغولات الخزفية الشعبية . وكثيراً ما تخلط بمواد طينية ذات خواص حرارية عالية أو متوسطة لرفع خواصها الحرارية . وتتنوع هذه الطينات بتنوع ما بها من مساعدات صهر ، كما قد تحتوى الطينة الواحدة على عدة مساعدات صهر ومن أنواع هذه الطينات .

الطينة السيليسية : وهى طينة صفراء تحتوى على رقائق من الكوارتز

بنسب قد تصل إلى ٥٠٪ من وزن الطينة . وقد ترتفع نسبة الكوارتز عن ذلك وعندئذ تصير المادة من أحد الصخور السيليسية . وتلون الطينة بلون قاتم فى العادة عند حرقها .

وتصاح الطينات السيليسية في صناعة المواسير غير المتزججة كالبرامخ ، كما يستعمل بعض أنواعها في أعمال صب مصهور الفلزات، وذلك مثل النوع المسمى باسم طينة السباكة ، ومنها ما يستعمل بدلا من الكوارتز في عجائن الفخار العادي ، وذلك كما في بعض أنواع طينة أسوان .

وأكثر ما توجد الطينات السيليسية في ولايات وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية ، كما توجد في منحدرات جبال « كاسادو » على ساحل المحيط الأطلسي في ولايتي « واشنطن » و « أوريجون » .

الطينة الجيرية : وهي طينة ضعيفة التماسك خشنة الملمس ذات لون يتراوح بين الأصفر والأسمر. وتحتوي الطينات الجيرية على مركبات الكالسيوم كالصخور الجيرية والجبس مع نسب متفاوتة من أكسيد الحديد . والطينات الجيرية متوسطة اللازمية منخفضة في خواصها الحرارية عن جميع أنواع الطينات الأخرى، فتتحول إلى جسم زجاجي في درجة حرارة مخروط (٥) أي ١٠٠٠ م. ويتم صهرها في درجة حرارة مخروط (٧) أي ما يقرب من ١٢٥٠ م. وهي على ذلك ذات مسافة حرارية قصيرة بين درجة حرارة تزجيجها ودرجة حرارة انصهارها ، ولا يصح تسوية مشغولاتها في درجات حرارة تزيد على درجة حرارة مخروط (٩) أي ما يساوي ٩٢٠ م .

وأغلب ما تستعمل فيه الطينات الجيرية صناعة الطوب العادي ، وأنواع الفخاريات الرخيصة ومشغولات الفخار الأحمر . ولا تصلح الطينات الجيرية في صناعة مشغولات الخزف الزلطي . ولا تزجج بنية مشغولات تلك الطينات لقصر مسافتها الحرارية بين درجة الانصهار ودرجة التزجج . ولا تغطي أسطح مشغولات الطينة بطبقات تزجيج في العادة . وتستعمل خلطات تزجيج رصاصية

سهلة الانتصار عند ما يراد تغطية المشغولات بطبقات التزجيج . ولا تستعمل الطينات الجيرية المحتوية على كربونات كالسيوم بنسبة تزيد على ٥ ٪ كما لا يستعمل ما يحتوي منها على مقادير محسوسة من الجبس في صناعة مشغولات الخزف الطيني ، وإنما يقتصر استعمال مثل هذه الطينات في صناعة الأسمنت ، كما هو الحال في طينة طرة .

ومن أنواع الطينات الجيرية ما ترتفع فيه نسبة الحديد، وذلك مثل طين الأرميل المشهور ويسبب وجود الحديد في الطينة رفع خواصها الحرارية عن باقي أنواع الطينات الجيرية . وتسوى مشغولات طين الأرميل في درجات حرارة لا تزيد على ٩٠٠ م. وللطين لون أحمر فينيسي جميل، لذلك فهي كثيرة الاستعمال في أعمال البطانة في مشغولات الخزف الفنى . ويوجد طين الأرميل كرواسب غير منتظمة متخللة صخور الجبل الأحمر بالعباسية شرق القاهرة .

ومن أنواع الطينات الجيرية المصرية الطين التبيني وتوجد طينته على هيئة رواسب رخوة صفراء في قرية التبين مركز الصف بمحافظة الجيزة . وتستعمل الطينة في صناعة الفخاريات الرخيصة من جرار ريفية وأمثالها ، كما تضاف إلى عجائن الفخار الأحمر القابل للتزجيج لترفع من صلادة وتماسك المشغولات ولتكسبها خاصية الرنين، كما تساعد على ربط طبقات التزجيج بسطح الجسم . والطين التبيني مكون أسامى في عجائن القليل وأصص الزرع يعمل على إحداث اللازبية في تلك العجائن .

وتسوى مشغولات الطين التبيني في درجات حرارة لا تزيد على ٨٥٠ م. كذلك تعتبر طينة المقطم أو طفل المقطم من الطين الجيرى إلا أن له من خواص

ميكانيكية كشدية لازيمته ما يجعله غير صالح للتشكيل وحده ، وهو في ذلك يقرب في خواصه من خواص البنتونيت ، لذلك فهو يستعمل محليا فيما يستعمل فيه البنتونيت .

الطينة القلوية :

وهي طينة تحتوي على نسب تتراوح بين ٢-٥٪ من القلوبات من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم بجانب نسب صغيرة من أكسيد الحديد قد تصل في بعض الأنواع إلى ٥٪ والطينات القلوية سهلة الانصهار ، ذات لون رمادي في الغالب ، كما يوجد منها ما هو أحمر أو بني . وتعد الطينات القلوية من المكونات الأساسية لعجائن مشغولات الخزف الزلطي القابل للتزجيج بطريقة التلميح أو التذهيب .

ومن الصخور الطينية القلوية المصرية طفلة أو طفال إسنا ، وتوجد في طبقات سمكية يتراوح سمكها بين ٥٠-٦٠ متراً تابعة لعصر المسترخيان تظهر على سطح الأرض قرب إسنا بين جرجا وأدفو، ويحتوي الطفلة على أملاح قلوية من نترات الصوديوم وكوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم ، وكذلك كبريتات الكالسيوم والماغنيسيوم بنسب تتراوح بين ٤-١٠٪ في الطبقات السفلى وتصل إلى نحو ٢١٪^(١) في الطبقات السطحية ، وذلك بنسبة متوسطة لنترات الصوديوم تبلغ ٧٪^(٢) . وتبلغ نسب الأملاح الذائبة الموجودة في الطفلة^(٣) :

(١) هوفز ، هيوم : جيولوجية مصر ، ١ ، ٢٠٦ ، ١٩٢٥ .

(٢) ماك دويل ، هيوم : جيولوجية مصر ، ١ ، ٢٠٦ ، ١٩٢٥ .

(٣) الأستاذ ويندام دنستان ، هيوم : جيولوجية مصر ، ١ ، ٢٠٧ ، ١٩٢٥ .

ص ن ا م	٤٣٧٣ /
ص كل	٣٢١٦ /
ص ك ب ا	١٦٨٦ /
ك ا ك ب ا	٦٧٤ /
م ا ك ب ا	٥١٠ /

ويستغل مزارعو الوجه القبلي القشور السطحية من الطفل والغنية في نترات الصوديوم كسماد لمزروعاتهم تحت اسم السماد الكفري . ولا تصلح تلك الطبقات في صناعة الخزف إلا ما احتوت على نسب بسيطة من الأملاح الذائبة من الطبقات السفلى ، وفي هذه الحالة يجب معالجتها كيميائياً للتخلص من تأثير تلك الأملاح الذائبة الضارة بالمشغولات .

الماء :

أو الطينة الكربونية تكونت من ترسيبها في مستنقعات غنية بالنبات النامي ، والطينة ذات لون أسود أو رمادي قاتم نتيجة ما ينتشر فيها من رقائق نباتية متفحمة ومواد عضوية متحللة مثل النبات العطن أو ألبت والليجنيت والفحم البتيوميني وفحم الأنثراسيت والجرافيت ، وكذلك الأسفلت وازدياد نسبة المواد الكربونية يجعل الطينة نوعاً من الفحم .

ويستعمل الماء المحتوي على قليل من المواد الكربونية سهلة التطاير في صناعة المشغولات الخزفية ، ولا يستعمل الغنى منها بالكربون لاحتياج مشغولاته إلى وقت طويل في عمليات تسويتها مما يعرقل عمليات الأكسدة اللازمة في تسوية المشغول لإتمام صلابته والحصول على أجسام رنانة .

ومن الطينات الكربونية ما توجد في حقول البترول كالطينة الموجودة في جبل التزازات على الشاطئ الشرقي لخليج السويس والتي تسمى أحياناً بالطينة القارية . كذلك تسمى الأحجار الطينية الموجودة في « هورون » و « بدفورد » في ولاية « أوهايو » إلى الطينات الكربونية ، ومنها ما يوجد في الصخور الأيوسينية غرب واشنطن :

الطمي :

أو الفرين ، مادة فقيرة في مواردها الطينية ، رخوة سائبة ، نتجت من ترسيب حديث للمواد المعلقة في مياه فيضانات الأنهار على جانبيها وعند مصباتها ، ولطمي لازبية تمكن من تشكيله ، ويعطى بعد تسويته ألواناً قائمة متعددة . وأغلب استعمالات الطمي في صناعة الطوب البلدي وطوب الوجهات ، ويضاف كمادة خشنة في بعض المشغولات الخزفية . وأهم أنواع الطمي هي :

طمي النيل^(١) ويتكون من تفتيت وتحلل صخور هضبة الحبشة وانتقالها بمياه الفيضانات الجارفة كل عام وترسيبها على ضفاف النيل ، وينطلق مقدار هائل منها إلى البحر الأبيض المتوسط ليرسب في قاعه على أعماق لا تقل عن ٢٠٠ متر قبالة مصبي النهر عند دمياط ورشيد ، وينقل بعضها تيار البحر المتجه شرقاً حيث يرسبها على شواطئه الشرقية .

وطمي النيل ذو لون بني مبيض ، طيني اللبس ، لازب يحتوي على كثير من حبات ورقائق من الكوارتز حادة الأطراف ذات أقطار تتراوح بين أقل

(١) لوكاس : كيمياء نهر النيل ، ٧٨ ، مصاحبة المساحة المصرية ، القاهرة ١٩٠٨
موسيرى : رواسب نيلية ، ١٧٤ .

من ٠.١ — ٠.٥ من المليمتر ويصفر الحجم في مكونات الطمي كلما اتجه شمال
الوادي . ويحتوي الطمي على الكاولينيت والموتموريلونيوت والهاوسيت
مع ما يبلغ من ١٢٧٪ من أكسيد الحديد وعلى عدد كبير من البكتيريا
الحديدية ، وذلك بجانب حبات الكوارتز وفتات من معادن الفلسبار مثل
الأورثوكليز والميكروكلين والكثير من الأوليجوكليز والأليت واللابرادوريت .
وقليل من معادن الميكا البيضاء والسوداء والسيريست ، ويكون المعدنان
الأخيران غالبية الميكا في الطمي . كذلك يحتوي طمي النيل على الحجر الجيري
والدولوميت والسكالكسيت ، كما يوجد معدن الهورنبلند بكثرة في طمي النيل
مع معدن الأوجيت . ومن معادن الطمي القليلة التورمالين والزركون والأسفين
والروتيل والإيلمانيت والأباتيت والليمونيت والهيمايت والكلوريد وأكسيد
الحديد المائية الأخرى ، كما توجد الفوسفات ، ومن مكونات الطمي معدن
المونازيت المشع ومعدن الماجنيثيت . كذلك يحتوي طمي النيل على بعض
النبات المتفحم والمواد العضوية .

وينتج طمي النيل بعمليات الفسيل والترويق لفصل المواد الخشنة عنده حتى
يصلح للاستعمال في نواحي استعماله السابق ذكرها .

التربة الزراعية : (١)

وهي تكوين غروي طيني ترجع غرويته إلى ما تحتويه من قدر من الرقائق
الطينية ومستحلبات الدبال العضوي التي تنشأ من الرمال والحجر الجيري

(١) روبنسون : علم التربة فرع من علوم الجيولوجيا ، مجلة الجيولوجيا ، ٦١ ، ٤٤٤ ،

١٩٢٤ ، ٤٤٥ .

والميكالبيضاء والمعادن الثقيلة. وتتكون التربة الزراعية من سيليكات الألومنيوم المائية وأكاسيد الحديد المائية والأومينا المائية كمواد غروية . وتتكون مستحلبات الدبال من فعل البكتريا في تحلل بقايا النبات والحيوان . وتحتوى هذه المستحلبات على أحماض عضوية تذيب صخر التربة ومعادنها محولة لها إلى مواد طينية وفتات المعادن وكسر الأحجار . وبكسب الغشاء الغروي المحيط بجبات التربة القدرة على ادمصاص الأيونات القلوية لكل من الصودا والبوتاسا كما يكسب التربة اللازبية وقابلية التشكيل . وتغطى التربة الزراعية بسمك قدم واحدة من الطبقات السطحية لصخر الأرض. وقد تكون التربة من نواتج تفتيت الصخر المحلى وتحمله بفعل العوامل الجوية والحيوان وجذور النبات كما هو الحال فى التربة الزراعية فى البلاد السورية أو تكون منقولة من أماكن أخرى بفعل الماء عادة وذلك كما فى التربة الزراعية المصرية . ويختلف التكوين الميكانيكى للتربة الزراعية من مكان لآخر ، فبينما توجد بعض الأنواع ذات جسم أسود ثقيل دقيق مندمج الجسيمات ، إذ بأنواع أخرى صفراء خشنة غير متماسكة ، وترتفع نسبة الطين فى الأنواع السوداء الثقيلة، بينما تزداد نسبة الرمال والمواد الجيرية بين مكونات الأنواع الثانية . والتربة الزراعية المجاورة للنهر أكثر شوائباً وأملاحاً من التربة البعيدة عنه ، كذلك تزداد الشوائب فى سطح التربة عن داخلها . وتصلح بعض أنواع التربة الزراعية لصناعة الطوب العادى وتوجد أنواع أخرى منها فى صناعة الأوانى الفخارية .

الكشبان الطينية والركام الثلجى :

وتوجد طينات غير الأنواع السابقة على هيئة تكوين متميزة فى شكلها

وبنيها ومكوناتها وطرق تكوينها وذلك كما في الكشبان الطينية والركام الثلجي ، وقد سبق الكلام عنهما عند الكلام عن الصخور الطينية .

أشباه الطين :

تنتج هذه المواد من التحلل الجوى للصخور البركانية القاعدية إلى معادن سليكات الألومنيوم المائية المتبلورة . وقد تبقى نواتج تحلل الصخور في أماكنها أو تنقل بفعل الرياح والمياه وترسب على هيئة طبقات متراسة بعضها فوق البعض أو تتجمع في جيوب الصخور . وأشباه الطين رخوة سائبة أو متماسكة ذات ألوان من الرمادي الفاتح أو الأحمر الداكن أو البنية ، وهي أخف من الطينات وأنعم منها ، دهنية اللمس شديدة اللزوجة عند امتزاجها بالماء ، ومن أنواع أشباه الطين :

الطين البازلتى : وينتج من تفتت وتحلل صخور البازلت وهو ذلون أحمر داكن متبقى في مكان تحلل الصخر أو منقول بفعل الرياح .

ويستعمل الطين البازلتى في صناعة منتجات البناء الخزفية . ومن أهم تكاوين الطين البازلتى في العالم ما يوجد في منطقة شرق ولاية « واشنطن » وفي ولاية « أوريجون » حيث توجد مئات الأميال المكعبة في طبقات متعرجة غير منتظمة . كما يوجد منه في منطقة نيبانوك بوادي حلقا جنوب أسوان .

الطين البركاني : وهو من أشباه الطين الناتج عن تحلل الرماد البركاني المنبعث من أفواه البراكين عند ثورانها ، وتحلل هذه المواد البركانية بفعل المياه وخاصة في البلاد الرطبة . والطين البركاني من النوع المنقول المتكون من

رقائق سائبة أو متماسكة وهو خفيف في ثقله النوعى ذو لون رمادى فاتح أو قمحى أو أحمر داكن وكثيراً ما يلتبس مظهره بالطينات الدياتومية أو الطين الصينى إلا أن الطين البركانى سهل الانصهار ، يعطى ماء غزيراً عند تسخينه وله بنية مختلفة تظهر بالفحص الميكروسكوبى ، ويتحول الطين إلى مائع عند تسخينه فى درجات حرارة مخاريط (٠٢) - (٦) أى ما يساوى ٩٨٠ - ١٠٦٠ م . ولون المائع أسود زجاجى فى مظهره ويحتوى الطين البركانى على مقادير كبيرة من مركبات الحديد . وهو عالى اللازبية له معامل انكماش كبير .

ولا يصلح الطين البركانى وحده فى الصناعات الخزفية ولكنه يضاف إلى غيره من الخامات الخزفية وخاصة المخلوق منها لرفع لازبيتها وتحسين قابلية تشكيلها . ومن أنواع الطين البركانى المشهورة :

البنتونيت : وهو مادة ذات خواص طينية توجد فى أمريكا وكندا ، له خاصة غروية ويمتص أضعاف حجمه من الماء متحولاً إلى عجينة هلامية يابسة غير لازبة ، ويشبه البنتونيت من أنواع الطين المصرى طفلاً للمقطم إلا أنه يختلف فى أصل تكوينه ، ويستخدم الأخير محل البنتونيت فى خلطات عجائن الخزف .

وأهم مناطق وجود الطين البركانى التكوينات المتجمعة من الرماد البركانى المتحلل وغير المتحلل فى قواعد تلال سلاسل مرتفعات شواطئ المحيط الهادى ، كما توجد مثل هذه التكوينات فى المناطق البركانية القديمة بولايات « واشنطن » و « أوريجون » و « كاليفورنيا » .

جدول أقسام الطين وأنواعه

الأقسام	النقل	اللون بعد المطبق	الخواص الحرارية	الذبيبة	الأنواع
(١) الصخور ذات الكورنة الجزئية	متبقية	فأخ	متوسطة أو منخفضة	مشيم	حجر الكورنيش الحجر الياباني الجرانيت المتحلل اسبار أكسفورد اسبار بكنجام اسبار جورد فراي مساعدات صهر .
(٢) الكلولينات متبقية	متبقية	أبيض	عالية	متاسك رخو	البورسيلان ، الصيني ، الطرايات . النفخار ، الطرايات ، مادة إضافية لمجائن البورسيلان . حرارات ، أوعية كيميائية .

كلولين حراري :
 (أ) سيليس
 (ب) أومنيومي

تابع جدول أقسام الطين وأنواعه

الاستعمالات العامة	الأنواع	البنية	الخواص الحرارية	اللون بعد الحرق	النقل	الأقسام
--------------------	---------	--------	-----------------	-----------------	-------	---------

(1) طينات عالية

(3)

الخواص الحرارية:

الطينات منقولة

النفخار الأبيض ، الصيني المصنوع ،
رفع لازمية السكاولينات

الطينة البيضاء

رخوة

عالية

أبيض

بفعل المياه

الطوب ، الأسمنت الحراري

الطينة اللازقة

لازقة

»

فاتح

حراريات عادية

الطينة الزلطية الحرارية

متاسكة

»

قحى

بوراق الصهر ، أسمنت حراري

الطينة الرابطة الحرارية

»

»

قحى

الزجاج

حراريات كهربائية ، طوب

مواد حرارية أومينية :

»

»

قحى

حراري ، مواد الجليخ

البراكسيت

تابع جدول أقسام الطين وأنواعه

الأقسام	التقل	الألون بعد الحرق	الخواص الحرارية	البنية	الأنواع	الاستعمالات العامة
محر	متوسطة	متوسطة	متوسطة	متوسطة	الطينة الحديدية: الطين الأحمر ، منتجات البناء الخرسانية	أوعية كيميائية ، منتجات النضار
فاتم	منخفضة	رخوة أو متاسكة	رخوة أو متاسكة	رخوة أو متاسكة	البرايخ ، طينة السباكة الانصهار :	المنتجات النضار الأحمر والرخيصة
الطينات المياه	»	»	»	»	المنتجات النضار الأحمر والرخيصة	نضار ، خزف زلطى ، نضار أحمر طوب ، تريمات

تابع جدول أقسام الطين وأنواعه

الأقسام	النقل	الألوان بعد المطبق	الخواص المرارية	البنية	الأنواع	الاستعمالات العامة
منقول أو متبقى	الرياح	الثلوج	الركام التلجى	رخب سائب	طمي : طمي النيل التربة الزراعية كثبان طينية	طوب ، تريعات طوب عادى ، منتجات شمبية الطوب طوب ، تريعات

(٤)	أشباه الطين	منقولة بالرياح أو المياه أو الرياح	متبقية أو قاتم	منخفضة رخوة	الطين البازلتى الطين البركاني : البنتونيت	منتجات البناء الخزفية

الباب الرابع

تركيب الطين وتكوينه المعدني

مما لا شك فيه أن لخواص الطينة الطبيعية والميكانيكية الأهمية الأولى في اختيار نوع الطين وصلاحيته للاستعمال ، إلا أن لتركيب الطين أهميته في تحديد نوع ومقدار الشوائب الضارة الموجودة فيه . ولهذا الناحية أهميتها البالغة عند إجراء عمليات التجهيز والتنقية وتحديد نوع المعالجات الكيميائية المناسبة . كذلك لتكوين الطين المعدني فوائده في معرفة محتوياته من مساعدات الصهر ومقدار ونوع ما يلزم إضافته منها في العجائن الخزفية، وتأثير معادن الطين على جسم المشغول من سلوك المعدن في أثناء عمليات التسوية . ولمعرفة تركيب الطين تجري عليه عمليات التحليل الكمي لتقدير نسب العناصر المكونة له واستنتاج التكوين المعدني من نواتج التحليل .

ويتبع الخزافون طريقتين من طرق التحليل الكمي لمعرفة تركيب الطين واستخراج فكرة استنتاجية أو حسابية عن تكوينه المعدني . والطريقتان السبعتان في التحليل الكمي للطين هما :

التحليل الاستنتاجي للطين

وهو طريقة تحليل مباشرة لتقدير معادن الفلسبار والكوارتز والمواد الطينية بمعالجة الطين بالكواشف والطرق الكيميائية الخاصة بهذه المعادن .
ومن الطرق الكثيرة الاستعمال للتحليل الاستنتاجي للطين ، هي :

طريقة ميللور :

وفيها تقدر المواد الطينية عن طريق إذابة الطين في حامض الكبريتيك المركز، ثم يفصل الكوارتز بإذابته في حامض إيدروفلوردريك مركز أو قلوب ساخن ، ويكون الباقي هو الفلسبار . وفي هذه الطريقة تذوب الميكا في حامض الكبريتيك المركز ضمن المواد الطينية . وتحسب مكونات الطين بالطريقة الآتية :

وزن المواد الطينية والميكا = وزن ما ذاب في حامض الكبريتيك المركز .

وزن الكوارتز = وزن ما ذاب في حامض الإيدروفلوردريك المركز أو القلوب الساخن .

وزن الفلسبار = وزن المتبقى .

كما يمكن استخراج مكونات الطين من تقدير وزن الألومينا والسيليكا في الراسب المتخلف من إذابة حامض الكبريتيك المركز للطين دون الحاجة إلى فصل الكوارتز بحامض الإيدروفلوردريك ، وذلك عن طريق الحساب الآتي :

وزن السيليكا في الفلسبار = مقدار الألومينا في الراسب المتخلف
 من عملية إذابة حامض الكبريتيك
 المركز 3.53×10^3 وهو المكافئ الجزئي
 للسيليكا في الفلسبار بالنسبة لجزء
 ألومينا واحد .

وزن الكوارتز = وزن السيليكا في الراسب المتخلف
 من عملية إذابة حامض الكبريتيك
 المركز - وزن السيليكا في الفلسبار .

ويمكن استخراج وزن الفلسبار من الفرق بين وزن العينة ومجموع وزن
 الكوارتز والمواد الطينية ، أو بضرب مقدار الألومينا في 4.5 وهو المكافئ
 الجزئي للفلسبار بالنسبة لجزء ألومينا واحد .

مثال محلول (١) :

استنتج معادن الطين واستخرج نسبتها المئوية من نتائج تحليل عينة جافة
 منه وزنها 9865 ر. من الجرام، وكان وزن الراسب المتخلف منها بعد هضمها في
 حامض كبريتيك مركز هو 3845 ر. من الجرام، ووزن الراسب المتبقى بعد معالجة
 الراسب الأول بحامض الإيدروفلوردرينك المركز هو 1112 ر. من الجرام .

الحل :

وزن المواد الطينية والميكا = $9865 - 3845$ ر.

= 6020 ر من الجرام

وزن الفلسبار = 1112 ر ، ،

$$\text{وزن الكوارتز} = 0.9865 - 0.6020 + 0.1112$$

$$= 0.2733 \text{ من الجرام}$$

$$\text{النسبة المئوية للمواد الطينية والميكا} = \frac{0.6020 \times 100}{0.9865}$$

$$\text{أى } 61.02\%$$

$$\text{النسبة المئوية للغبار} = \frac{0.1112 \times 100}{0.9865}$$

$$\text{أى } 11.27\%$$

$$\text{النسبة المئوية للكوارتز} = \frac{0.2733 \times 100}{0.9865}$$

$$\text{أى } 27.71\%$$

مثال محلول (٢) :

استنتج مكونات مادة طينية ، ثم احسب نسبتها المئوية من نتائج التحليل الآتية :

$$\text{وزن العينة الجافة} = 0.9865 \text{ من الجرام}$$

$$\text{وزن الراسب المتخلف من هضم العينة بحامض كبريتيك مركز} = 0.3845$$

$$\text{وزن الألومينا في الراسب المتخلف السابق} = 0.204$$

$$\text{وزن السيليكات في الراسب المتخلف السابق} = 0.3453$$

الحل :

$$\text{وزن المواد الطينية والميكا} = 0.9865 - 0.3845$$

$$= 0.6020 \text{ من الجرام}$$

$$\text{وزن السيليكا في الفلسبار} = 353 \times 0.204 = 72.0 \text{ ر. من الجرام.}$$

$$\text{وزن الكوارتز} = 3453 - 72.0 = 3381 \text{ ر. من الجرام.}$$

$$= 2733 \text{ ر. من الجرام.}$$

$$\text{وزن الفلسبار} = 9865 - 2733 - 6020 = 1112 \text{ ر. من الجرام.}$$

$$= 1112 \text{ ر. من الجرام.}$$

$$\text{أو} = 204 \times 5.45 = 1112 \text{ ر. من الجرام.}$$

$$= 1112 \text{ ر. من الجرام.}$$

$$\text{النسبة المئوية للمواد الطينية والميكا} = \frac{6020 \times 100}{9865} = 61.02 \%$$

$$\text{أي } 61.02 \%$$

$$\text{النسبة المئوية للفلسبار} = \frac{1112 \times 100}{9865} = 11.27 \%$$

$$\text{أي } 11.27 \%$$

$$\text{النسبة المئوية للكوارتز} = \frac{2733 \times 100}{9865} = 27.71 \%$$

$$\text{أي } 27.71 \%$$

ويعطى التحليل الاستنتاجي للطين نتائج سريعة يستدل منها على التكوين المعدني للطين. إلا أن هناك ما يثار حول نتائج هذه الطريقة من اعتراضات علمية أهمها اختلاف قابلية ذوبان أنواع الفلسبار والكاولين في الأحماض المركزة ، وذوبان بعض المواد عندما تكون في حجم دقائق الطين ، على الرغم من عدم قابلية ذوبانها في أحجامها العادية ، وذلك بما قد يعطى من نتائج متضاربة

أو مخالفة لحقيقة تكوين الطين المعدني وخاصة الأنواع الرديئة منه، ويترتب على ذلك عدم الاطمئنان إلى نتائج هذا النوع من التحليل . هذا إلى أن التحليل الاستنتاجي لا يدل على ما بالطين من شوائب .

التحليل الكيميائي للطين^(١)

يحلل الطين تحليلاً تفصيلياً كاملاً بطرق التحليل الكيميائي للصخور السيليسية . ثم تدون نتائج التحليل في تقرير خاص به على هيئة نسب مئوية لأكاسيد العناصر التي قدرت في عملية التحليل . ولا يجر العرف على تدوين نتائج التحليل على هيئة نسب العناصر مباشرة ، وإن كان ذلك يمثل حقيقة التركيب ويتفق مع المنطق العلمي .

وتبين الجداول الآتية تقارير نتائج التحليل الكيميائي لبعض أنواع الطين المشهورة .

(١) عينتان من ابي زينة ، تحليل المركز القومي للبحوث ، وحدة الدراسات ، الدقي ، القاهرة ، وقام المؤلف بحساب المكونات المعدنية .

الكاولينات

الأوكاسيد	كولين	سيناء (١)	بوهيمي	أوهيو	إنجليزية
س ^١ / _٢	٤٢٠٠	٤٤٠٠	٤٥٦٠	٧٤٩٣	٧٣٥٧
لو ^١ / _٢	٣٨٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	١٧١٩	١٦٤٨
ح ^١ / _٢	٠٥٠	١٠٠	٠٥٠	٠٧٩	٠٢٧
ما	٠٢٠	٠٥٠	٠١٠	٠٤٦	٠٢١
كا	٠٢٠	٠٥٠	٠٦٠	٠٢٩	١١٧
(بوءص) ١	٠٥٠	٠٧٠	٠٥٠	١٦١	٥٨٤
يد ^١ / _٢	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٦٠	٥٤٤	٢٤٥
ني ^١ / _٢	٠٥٠	٢٠٠	—	—	—
المجموع	٩٥٧٠	١٠١٢٠	٩٩٩٠	١٠٠٧١	٩٩٩٩

(محسوبة من نتائج التحليل السابقة)

للعادن

مواد طينية	٩٥٤	٩٢٨٣	١٠٠٠	٤٨٢٤	٣٣٥٧
كوارتز	—	—	—	٤٩٧٢	٤١١٠
فلسبار	٤٦	٧١٧	—	٢٧٥	٢٥٣١

الطيفيات

سوماج (٢)	قنا (٢)	والسلي (٢)	أ- (١)	الإكسيد
٢٦١٠	٤٦١٢	٤٨٦٢	٥٠-٦٨	س ٢
٦٦٠	١١٩٨	١٧٥٧	٣٠-٢٠	ل ٢
—	—	—	٥-١٨	ح ٢
٣٠٦	٧٥١	١١٥٦	—	ح + من
٨١١	٣٨٢	٨٤١	٠٦٠-٠٢١	ما ١
٢٩٣١	١٤٧٠	٥٨٥	٠٧٠-٠٥٠	كا ١
—	—	—	١١-٩	(بو، ص) ١
١٥٤	٤٢١	٤٨١	٢-١٢	يد ٢
—	—	—	—	في ٢
٢٥٢٨	١١٦٦	٣١٨	—	ك ١
٢٥٩	٢٤٨	٢٢٩	—	النقل النوعي

(١) المركز القومي للبحوث ، وحدة الدراسات ، الدقي ، القاهرة .

(٢) وليم مورجان : الخرف والأشغال اليدوية ، المصدر ، ١٩٤٩

تابع الجدول السابق

طوره (٢)	النظام (٢)	شبرا (٢)	أدفو (٢)	الأكاسيد
٣٥٨٧	٤٤٠٩	٤٦٦٢	٤٦٦٥	س ٢١
١٤٥٢	٢١٤١	٢١٧٧	١٦٩٩	ل ٢١
٦٠١	٧٤٧	١٢٠٢	١١٧٩	ح + من
١٣٢٢	١٤٧٢	٦٨٧	١١٩٦	م ١
١٤٢٢	١٤٣	٥١١	٤٩٠	ك ١
٣٢٣	١٠٣٥	٥٥٣	٦٢٠	ب ٢
١١٩٣	٥٥٣	١٨٨	١٦٠	ك ١
٢٤٧	٢٠٢	٢٤٠	٢٤٢	النقل النوعي

(١) المركز القومي للبحوث ، وحدة الدراسات والبحوث ، القاهرة .

(٢) وليم مورجان : الخبز والأغذية البروتينية ، المصدر ، ١٩٤٩

أشباه الطين

الأوكسيد	بتونيت (١)	طفل المقطم (٢)
س ١	٥٥ر٢٢	٦٦ر٠٠
لو ١	٢١ر٠٠	١٦ر٠٠
ح ٢	٠ر٩٢	٤ر٠٠
ما ١	٣ر٠٣	١ر٥٠
كا ١	٤ر٩٤	
بو ٢	—	٣ر٥٠
ص ٢	١ر٥٦	
يد ٢ (٣)	١٠ر٢٨	٧ر٠٠
ني ١	—	١ر٥٠

حساب التكوين المعدني للطين من نواتج التحليل الكيميائي

ينى هذا الحساب على القواعد التي وضعها كل من كروس ، إدينجز ، بيرسون ، وواشنطنون^(٤) . وذلك على أن الطين يتكون بصفة أساسية ثابتة من ثنائى سيليكات الألومنيوم المرتبطة بجزئين من الماء مع بواقى فلبسبار وكوارتز ومعادن قليلة أخرى قاومت فعل عوامل التحلل مثل معدن الموسكوفيت .

(١) نتيجة تحليل عينة من بتونيت دا كوتا .

(٢) مركز البحوث القوي ، وحدة الدراسات ، الدقى ، القاهرة .

(٣) المرتبط والمنفرد .

(٤) كروس ، إدينجز ، بيرسون ، وواشنطنون ، الجورنال الجيولوجى ، ١٠ ، ٤١٠ ، ٤٦٠ ، ٦٤٢ .

فيتلاى : مقدمة فى دراسة الصخور النارية ، ١٥٠ ، — ١٥٤ ، ١٩١٣ .

إدينجز : الصخور النارية ، ١ ، ٤١٩ ، ١٩٠٠ .

إدينجز : التقسيم النوعى للصخور النارية ، ١٤٧ ، ١٨٦ ، ١٩٠٣ .

واشنطنون : حسابات التحليل الاستنتاجى لأنواع الطين ، جورنال جمعية الخرف

الأمريكية ، ١ ، ٤٦٥ ، ١٩١٩ .

وبيين الجدول الآتي مصادر الطين وتركيبها ومكافئاتها الجزيئية :

الكافون الجزيئي

الطاقون الجزيئي

المعادن

٢٥٨	لوم ايم ٢، ايم ٢، ايم ٢	الكاولين
٢٥٥٦	بوم ايم ١، لوم ايم ٢، س ايم ٢	أورثوكلينز
٥٢٤	س ايم ١، لوم ايم ٢، س ايم ٢	البيت
٢٧٨	كا ايم ١، لوم ايم ٢، س ايم ٢	أنورثيت
٧٨٠	٤ر ٣، بوم ايم ١، لوم ايم ٢، س ايم ٢	بوسكوفيت
٦٠	س ايم ٢	كوارتز
٢٧٦	٣ ما ايم ٢، س ايم ٢، ايم ٢	سربنتين
١٨٤	(ما، كا) ايم ١	دولوميت
٨٤ر ٣	ما ايم ١	ماجنيزيت
١٥٢	ح ايم ١، في ايم ٢	إيلمانيت
١٠٢	لوم ايم ٢	الومينا
٦٠	س ايم ٢	سيليك

(تابع الجدول السابق)

المعادن

المسكانيه البرزخيه

۱۶۰	ح ^۲ ا ^۲	هيماتيت
۱۷۸	ح ^۲ ا ^۲ وید ^۲ ا ^۲	(اکسید حديد بيك)
۷۲	ح ^۲ ا ^۲	پيونيٹ
۸۰	ق ^۲ ا ^۲	اکسید حديدوز
۵۶	کا ^۲ ا ^۲	روتيل (تيتانيا)
۴۰	ما ^۲ ا ^۲	جبر
۶۲	ص ^۲ ا ^۲	ماغنيسيا
۹۴٫۲	بو ^۲ ا ^۲	صودا
۱۸	وید ^۲ ا ^۲	بوتاسا
۴۴	ک ^۲ ا ^۲	ماء
		ثاني اکسید کربون

ولحساب مكونات الطين المعدنية توزع الأكاسيد من نتائج التحليل حسب مكافئاتها الجزيئية على المعادن والمواد الأولية المحتمل وجودها في الطين مع مقارنة التوزيع يتوافق الفحص الميكروسكوبي. وتتبع القواعد^(١) الآتية عند التوزيع:

(١) تحول نسب الأكاسيد المثوية إلى نسب جزيئية وذلك بقسمة النسبة المثوية للأكسيد على وزنه الجزيئي، ثم تجمع النسب الجزيئية للأكاسيد في شكل القوانين الأولية للمعادن، وذلك تبعاً للنواحي الآتية:

(٢) الميل الكيميائي للأكاسيد بعضها بالنسبة للآخر، فميل السيليكا في اتحادها مع البوتاسا أقوى من ميلها نحو الأكاسيد الأخرى. ويمكن ترتيب ميل السيليكا في الاتحاد بالأكاسيد الأخرى كالآتي:

البوتاسا، الصودا، الجير، الماغنيسيا، أكسيد الحديدوز، الألومينا، أكسيد الحديدك. أما الألومينا فهي أشد ميلاً للاتحاد بالبوتاسا، ويتدرج هذا الميل نحو الصودا، الجير، الماغنيسيا ثم أكسيد الحديدوز، ولا تتحد الألومينا بأكسيد الحديدك. وتكون عدد جزيئات الألومينا إلى عدد جزيئات الأكاسيد القاعدية في مركباتها السليسية كنسبة ١ : ١ في أغلب تلك المركبات.

ويمكن لأكسيد الحديدك أن يحل محل جزء من الألومينا عند انخفاض نسبة الأخيرة، وذلك في غير معادن الفلسبار. ويلاحظ أن أكسيد الحديدك والألومينا والسيليكا هي الأكاسيد التي يمكن أن توجد منفردة على هيئة معادن الهيماتيت والكورند والكوارتز.

(١) ستالي : تطورات جمعية الخزف الأمريكية ، ١٣ ، ٢٠٣ ، ١٩١١ .

كذلك يمكن تعدد الأكاسيد القاعدية في مركب واحد من مركبات السيليكا المعقدة للألومينا، وخاصة عند وجود تلك الأكاسيد بنسب عالية .

وتتناسب قوة ميل اتحاد الألومينا والسيليكا مع الأكاسيد القاعدية حسب موقع العناصر المكونة لها في السلسلة الكهر كيميائية . فيبلغ الميل أقصاه نحو البوتاسا وهكذا .

كذلك يعتبر أكسيد الرصاص وأكسيد انخارصين من القواعد المكونة للسيليكات المزدوجة أو المعقدة مع الألومينا، وذلك حسب موقع العنصرين في السلسلة الكهر كيميائية . وعند انخفاض نسبة السيليكا مع وجود قواعد قوية الميل للاتحاد بها كالپوتاسا يمكن التكهن بأن الرصاص وانخارصين عند وجودهما يكونان مع السيليكا مركبات من نوع الأورثوسيليكات . ومن المحقق وجود الرصاص في كثير من مصهور السيليكات .

وتبعاً لقواعد الميل الكيميائي السابقة يمكن تكوين المعادن بالترتيب الآتي في مكونات الطين، وذلك عند وجود كل من البوتاسا والصودا والجير وأكسيد الرصاص وأكسيد انخارصين مع الألومينا والسيليكا :

فعند انخفاض نسبة السيليكا يكون تكوين المعادن بالترتيب الآتي :

اللوسيت : بو_٢ ا، لو_٢ ا_٢ ، ٤ س ا_٢

النيقيليت : ص_٢ ا، لو_٢ ا_٢ ، ٢ س ا_٢

الأنورثيت : كا ا، لو_٢ ا_٢ ، ٢ س ا_٢

السلزيان . با ا، لو_٢ ا_٢ ، ٢ س ا_٢

ميتاسيليكات البوتاسيوم : بو_٢ ا، س ا_٢

ميتاسيليكات الصوديوم : ص_٢ ا١ ، س ا٢
 أورثوسيليكات الكالسيوم : كا ا١ ، نصف س ا٢
 أورثوسيليكات الخارصين : خ ا١ ، نصف س ا٢
 أورثوسيليكات الرصاص : را ا١ ، نصف س ا٢
 أما عند وجود السيليكات بنسب عالية فتكون المعادن والمركبات بترتيب
 المكونات السابقة فقط وتتحول إلى ما يقابلها من معادن أغنى منها في نسبة
 السيليكات وكذلك :

يتحول معدن اللوسيت إلى معدن الأورثوكليز : بو٢ ا١ ، لو٢ ا٢ ، ٦
 من ا٢ .

ويتحول النيغيليت إلى معدن الأليبت : ص٢ ا١ ، لو٢ ا٢ ، ٦ من ا٢ .
 ويتحول أورثوسيليكات الكالسيوم إلى ميتاسيليكات الكالسيوم ،
 أو معدن الولاستونيت : كا ا١ ، س ا٢ .

ويتحول أورثوسيليكات الخارصين إلى ميتاسيليكات الخارصين :
 خ ا١ ، س ا٢ .

ويتحول أورثوسيليكات الرصاص إلى ميتاسيليكات الرصاص :
 را ا١ ، س ا٢ .

كما يمكن وجود الموليت : ٣ لو٢ ا٢ ، ٢ من ا٢ في الظروف المناسبة لتكوينه .
 (٣) وعلى ذلك تجمع الأكاسيد المكونة لمعادن الفلسبار من
 أورثوكليز وأليبت وأنورثيت بنسب مكافئاتها الجزئية في كل معدن منها

مستهلكة كل القلويات والقلوى أرضيات انوجودة في نواتج التحليل .

(٤) يستعمل ما يتبقى من ألومينا في تكوين السكاولين مع ما يلزمها من جزيئات السيليكات المتبقية من تكوين معادن الفلسبار مع جزيئات الماء اللازمة .

(٥) تعتبر السيليكات المتبقية بعد ذلك معدن الكوارتز .

(٦) تستهلك جزيئات أكسيد الحديد ك معدن الليمونيت عند وجود ما يكفيه من ماء بعد تكوين السكاولين ، وإلا اعتبر معدن الهيماتيت عند عدم وجود الماء أو يستهلك جزء منه ك معدن الليمونيت بإتحاده مع ما يوجد من ماء والباقي يعتبر هيماتيت . هذا إذا لم يكن أكسيد الحديد على هيئة معدن آخر يظهره الفحص الميكروسكوبي ، أو تكون هناك أكاسيد أخرى أميل للاتحاد به لتكوين معادن أخرى . وقد يستهلك جزء أو كل أكسيد الحديد ليحل محل الألومينا في مركبات سيليكات الألومنيوم القاعدية وذلك عند انخفاض نسبة الألومينا اللازمة لاستهلاك كل الأكاسيد القلوية ، أو القلوى أرضية في مركبات السيليكات المعقدة .

(٧) يعتبر ما يتبقى من ماء بعد تكوين الليمونيت ماء رطوبة في الطين .

(٨) يستهلك ثاني أكسيد الكربون جميعه في تكوين معدن الكالسيت مع الجير أو معدن الماغنيزيت مع الماغنيسيا ، وذلك فقط عند وجود الماغنيسيا بنسبة عالية بين نواتج التحليل . ويكون معدن الكالسيت قبل

البدء في تكوين معدن الأنورثيت في حالة وجود ثاني أكسيد الكربون بين نواتج التحليل ، ثم يكون معدن الأنورثيت من الزائد من الجير .

وأولوية استهلاك الماغنيسيا تكون في معدن السربنتين ما لم يكن الطين موجوداً في مناطق غنية بصخور الماغنيزيت أو الدولوميت .

ويتكون معدن السربنتين من الماغنيسيا والسيليكا والماء في حالة توافر للركيبين الأخيرين بعد استهلاك ما يلزم منهما في تكوين معادن الفلسبار والكاولين .

وتحتاج كل ثلاثة جزيئات ماغنيسيا إلى جزيئين من كل من السيليكا والماء في تكوين معدن السربنتين . ويبرر وجود السربنتين تكون الطين من تحلل الصخور القاعدية .

(٩) لا يمكن التكهن بوجود معدن الموسكوفيت من نتائج التحليل الكيميائي ، بل تدخل مكونات المعدن ضمن معادن الفلسبار والكاولين ، وذلك إذا لم يكن وجود المعدن واضحاً في الفحص الميكروسكوبي .

(١٠) تستهلك جزيئات التيتانيا مع جزيئات أكسيد الحديدوز في تكوين معدن الإيلمانيت ، ويؤخذ ما يلزم من أكسيد الحديدوز من حساب جزيئات أكسيد الحديدك حيث يكفي كل جزيء من الثاني جزيئين من الأول ، وذلك في حالة عدم ورود بيانات مفصلة عن أكسيد الحديدوز في نتائج التحليل الكيميائي ، وفي هذه الحالة يتعين تكوين معدن الإيلمانيت من الموجود من أكسيد الحديدوز فقط . وإن تبقى شيء من التيتانيا تبقى منفردة على هيئة معدن الروثيل أو يدخل في تكوين معدن البيروفسكيت : كما ، تي ١ مع ما قد يتبقى من الجير بعد تكوين معادنه السابقة .

مثال محلول (١) :

المطلوب حساب المعادن المكونة لعينة من طين من نتائج تحليلها الكيماوى

الآتية :

$$\text{س ١} : ٦٤٧٨ \%$$

$$\text{لو ٢} : ٢٥٦١ \%$$

$$\text{ح ٣} : ١٩ \%$$

$$\text{يد ٤} : ٨٦٥ \%$$

الحل :

(١) تحول النسب المئوية للأكاسيد الواردة فى نتائج التحليل إلى نسب

جزئية ، وذلك بقسمة نسبة الأكسيد المئوية على وزنه الجزيئى .

$$\text{نسبة جزيئات السيليكا} = \frac{٦٤٧٨}{٦٠} = ١٠٧٧$$

$$\text{نسبة جزيئات الألومينا} = \frac{٢٥٦١}{١٠٢} = ٢٥١$$

$$\text{نسبة جزيئات أكسيد الحديدك} = \frac{١٩}{١٦٠} = ٠٠١$$

$$\text{نسبة جزيئات الجير} = \frac{٠٢٢}{٥٦} = ٠٠٤$$

$$\text{نسبة جزيئات البوتاسا} = \frac{٠٣٢}{٩٤٢} = ٠٠٣$$

$$\text{نسبة جزيئات الصودا} = \frac{٠٢٣}{٦٢} = ٠٠٤$$

$$\text{نسبة جزيئات الماء} = \frac{٨٦٥}{١٨} = ٤٨٠$$

(٢) توزع جزيئات الأكاسيد على المعادن المحتمل وجودها فى الطين ،

وذلك باتباع قواعد التوزيع السابقة وأولويتها فى تكوين المعادن . ويسطر

لذلك جدول كالاتى لتسهيل عملية التوزيع :

الألكاسيد

نسبة جزيئات الألكاسيد

مادون العطين المقترحة

جزيء أورثوكلينز :
بوم ١،٤ لور ٢،١ م ٤،٦ س ١ م

جزيء البيت :
ص ٢،١ لور ٢،١ م ٤،٦ س ١ م

جزيء أنورثيت :
كا ١،٤ لور ٢،١ م ٤،٦ س ١ م

« تابع الجدول السابق »

الألكاسيد س ٢١ ص ٢١ ح ٢١ ك ١٦ ص ٢١ ب ٢١

الباقى ٨٦٢٧ ٠٣٤٠ ١٠٠٠١ ٠٠٠٠٠ ٠٧٤٨٠

٠٣٤٠. جزىء كلو ايتيت .

لو ٢١ ص ١٣ و ٢١ ص ٢١ ٠٧٤٨٠ ٠٣٤٠ ٠٧٤٨٠

الباقى

٠٠٠١. جزىء هيجائيت .

ح ٢١ ص ١ ١٠٠٠١

الباقى

٠٧٤٧. جزىء كوارتز .

س ٢١ ٨٣٥٤٧

.....

استخراج النسب المئوية للمادان المتكونة للطين .

النسبة المئوية	الوزن	وزن المعدن الجزيئي	مكان المعدن الجزيئي	المادان
$11668 = \frac{100 \times 11668}{99776}$	11668	506	0.003	أورثوكليز
$2096 = \frac{100 \times 2096}{99776}$	2096	524	0.004	ألبيت
$1112 = \frac{100 \times 1112}{99776}$	1112	278	0.004	أنورثيت
$61920 = \frac{100 \times 61920}{99776}$	61920	258	0.240	كاولين
$160 = \frac{100 \times 160}{99776}$	160	160	0.001	هياتيت
$32820 = \frac{100 \times 32820}{99776}$	32820	60	0.547	كوارتز
99776	99776			مجموع الأوزان

مثال محلول (١)

يحل هذا المثال بطريقة مختصرة توزع فيها الأكاسيد بعد إيجاد نسبة جزيئياتها مباشرة على المعادن المحتمل وجودها في الطين ، وذلك بضرب عدد الجزيئيات في الوزن المكافئ الجزيئي للمعدن الأكثر احتمالاً في احتوائه على الأكسيد القاعدي الموجود بين نتائج التحليل الكميائي . ويستغنى في هذه الطريقة عن توزيع الأكاسيد بين المعادن المختلفة ، كما اتبع في حل المثال الأول . وذلك كافي حساب المعادن المكونة لعينة من طين نتائج تحليلها الكميائي هي .

(١) باقى جزيئيات الألومينا بعد تكوين معادن الفلوسبار منها .

نسبة المادان المتوزية	المادان	نسبة الجزئيات	نسبتها	الأكاسيد
$784 \equiv 0.141 \times 556$	أورثوكليز	$\frac{7526}{60}$	7526	س ¹ م
$556 \equiv 0.1066 \times 524$	ألبيت	$\frac{1526}{102}$	1526	ل ¹ م
$184 \equiv 0.066 \times 278$	أنورثيت	$\frac{104}{160}$	104	ح ¹ م
$258 \equiv 0.223 \times 258$ ⁽¹⁾	كلولين	$\frac{37}{51}$	37	ب ¹ م

(1) باقي جزئيات الأورثيتا بعد تكويرن مادان التلسبار منها.

« تابع الجدول السابق »

نسبة المادون المتوية	المادون	نسبة الجزئيات	نسبتها	الأكاسيد
$178 = 0.065 \times 178$	ليونيث	$\frac{178}{40}$	1780	ط
$2734 = 0.456 \times 60$	كوارتز	$\frac{60}{178}$	60	ص ٢
$229 = 0.083 \times 276$	سربنتين	$\frac{276}{94}$	276	بو ٢
	الاجموع	$\frac{178}{18}$	178	يد ٢

(١) باقي جزئيات الأوكسيدا بعد تفكيرين مضاف الفلوسبار منها .

كما يمكن استخراج نسب المعادن المكونة للطين في خطوة مباشرة واحدة كالآتي :

$$\begin{aligned} \text{نسبة معدن الأورثوكيز هي} &= \frac{1.23 \times 556}{1472} = 0.4784 \\ \text{نسبة معدن الأليت هي} &= \frac{6.61 \times 524}{62} = 55.86 \\ \text{نسبة معدن الأنورثيت هي} &= \frac{0.37 \times 278}{56} = 1.84 \\ \text{نسبة الكاولين هي} &= \frac{208 \times 42746}{102} = 875 \end{aligned}$$

وذلك بعد طرح نسبة الألومينا المستعملة في تكوين معادن الفلسبار من نسبة الأكسيد الكلية في نواتج التحليل . وهكذا .

فوائد التحليل الكيميائي للطين

للتحليل الكيميائي للطين فوائد أخرى بجانب الاستفادة منه في استنباط تكوينه المعدني . ومن أهم هذه الفوائد معرفة درجة النقاء التي يمكن بواسطتها تكوين خلطات صحيحة منه لإنتاج مشغولات سليمة ، كذلك يبين التحليل الكيميائي نوع الشوائب الموجودة في الطين ومقاديرها كوجود المواد العضوية والكبريت والأملاح انذائية والمواد التي يجب التخلص منها أو الحد من تأثيراتها الضارة على المشغولات . ويتبين من نتائج التحليل الكيميائي مقادير الزيادة في مكونات الطين كارتفاع نسب السيليكا أو الجير أو ماء الارتباط مما قد يلحق بالمشغولات أضراراً إن لم تعالج لإيقاف فعلها . كذلك تدل نتائج التحليل الكيميائي للطين على خواصه الحرارية ولون مشغولاته بعد تسويتها .

(١) درجة النقاء :

درجة نقاء الطين هي مقدار ما يحتويه من مادة سيليكات الألومنيوم المائبة : لو ٣ ا ٣ ، ٢ س ا ٣ ، ٢ يد ا . ولا يعتد بلون الطين بعد حرقه في معرفة درجة نقائه ، فكثيراً ما يكون الطين ذا لون أبيض بعد الحريق وهو محتو على شوائب تغير من صفاته كطين نقي ، ومن أمثلة هذه الحالة طين دكسي الموجود في كولومبيا البريطانية فهو على درجة كبيرة من دقة الجسيمات واللازبية ، كما أن لون مشغولاته بيضاء بعد تسويتها ، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيا التي لا تظهر إلا من تحليله الكيميائي .

كذلك تفيد معرفة درجة نقاء الطين في معرفة ما يحتويه من مقادير مساعدات الصهر والرطوبة وغيرها من شوائب وتعديل نسب خلطات المعائن الطينية تبعاً لذلك عند تجهيزها . وتوضح الحالة الآتية هذه الناحية :

عند عمل خاطة طينية لمشغول معين تتكون خاطته من المكونات النقية الآتية :

٢٧ ٪ طينة لازقة .

٢٨ ٪ طين صيني .

٢٩ ٪ مسحوق رلط .

١٥ ٪ فلبسبار .

استعملت الخامات ذات التكوين الآتي :

الطينة اللازقة :

٩٠ ٪ طينة لازقة نقية ،

٦ / فلسبار ،

٤ / زلط .

الطينى الصينى :

٩٤ / كاولينيت

٦ / زلط

الفلسبار :

يحتوى على ١٠ / زلط

عدل نسب الخلطة المطلوبة حسب مكونات انخامات المستعملة .

الحل :

١ - كمية خامات الطينة اللازمة للكافئة

$$\text{لقدار } ٢٧ / \text{ طينة لازقة نقيه} = \frac{١٠٠ \times ٢٧}{٩٠} = ٣٠$$

٢ - كمية خامة الطين الصينى للكافئة

$$\text{لقدار } ٢٨ / \text{ طين صينى نقي} = \frac{١٠٠ \times ٢٨}{٩٤} = ٢٩٨$$

$$٣ - \text{مقدار الفلسبار فى } ٣٠ / \text{ طينة لازقة} = \frac{٦ \times ٣٠}{١٠٠} = ١٨$$

تطرح هذه الكمية من مقدار الفلسبار النقى فى الخلطة

$$١٣٢ = ١٨ - ١٥$$

٤ - كمية خام الفلسبار الكافئة

$$\text{لقدار } ١٣٢ / \text{ فلسبار نقي} = \frac{١٠٠ \times ١٣٢}{٩٠} = ١٤٧$$

٥ - كذلك تحتوي كمية الطينة اللازمة الخام المستعملة في الخلطة بعد

$$\text{التعديل على} = \frac{4 \times 30}{100} = 12 \text{ من الزلط}$$

٦ - كما تحتوي كمية الطين الصيني الخام المستعملة في الخلطة بعد

$$\text{تعديلها على} = \frac{6 \times 298}{100} = 18 \text{ من الزلط}$$

٧ - وتحتوي كمية الفلسبار الخام المستعملة في الخلطة بعد تعديلها

$$\text{على} = \frac{10 \times 147}{100} = 15 \text{ من الزلط}$$

٨ - وعلى ذلك يكون مجموع مقادير الزلط المضافة كشوائب ضمن الخامات

$$\text{المستعملة السابقة هي} = 12 + 18 + 15 = 45$$

تطرح هذه الكمية من مقادير الزلط المطلوب إضافته في الخلطة لتصبح

$$29 = 45 - 16$$

وعلى ذلك تصبح مقادير مكونات الخلطة المطلوبة من الخامات المستعملة هي:

٣٠٪ من خامة الطينة اللازمة .

٢٩٨٪ من خامة الطين الصيني .

١٤٧٪ من خامة الفلسبار .

٢٤٥٪ من الزلط .

(٢) وجود المواد العضوية:

ليس للمواد العضوية السهلة التطاير تأثير ضار على المشغولات الخزفية طالما

كان تطايرها يتم في درجات حرارة التسوية المنخفضة وجسم المشغول ما زال

مساميا تخرج منه بسهولة قبل مرحلة أكسدته . وإنما يحدث الضرر من وجود مواد كربونية غير متطايرة كالجرافيت أو صعبة التطاير كالمواد الأسفلتية أو القارية ، فهذه مواد يمتصها الجسم الخزفي داخل بنيتها الزجاجية المتكونة في مراحل التزجيج، ويستمر بقاءها فيه دون تطاير حتى مراحل التسوية ذات درجات الحرارة العالية عندما تتحلل مسببة حدوث انتفاخات وانبثاقات تضر بجسم المشغول . كما تعمل المواد الكربونية الصعبة التطاير على اختزال أكسيد الحديد وثالث أكسيد الكبريت الناتج عن تفكك الكبريتات مكونة مواد من أكسيد الحديدوز والكبريت التي تضعف من متانة الجسم وتسبب اسوداد داخله . وأخطر ما يكون تأثير المواد العضوية هو في مشغولات الطينيات الجيرية والحديدية ذات درجات حرارة تسوية منخفضة .

وللتخلص من المواد العضوية تجرى عمليات تسوية المشغولات المحتوية عليها في جو مؤكسد يعمل على تحويلها إلى غازات متطايرة في درجات الحرارة المنخفضة قبل مرحلة تكوين البنية الزجاجية التي تحول دون خروجها من الجسم .

(٣) وجود الكبريت :

يسبب وجود المواد الكبريتية تولد غازات في أثناء عمليات تسوية المشغولات المحتوية عليها . وتحدث تلك الغازات تورمات وانبثاقات داخل جسم المشغول وانبثاقات في سطحه إذا احتبست داخله دون أن تتسرب إلى الخارج قبل مرحلة تزجيج الجسم ومعاودة محاولة خروجها عند أكسدتها في درجات حرارة التسوية العالية . وأخطر المواد الكبريتية المسببة لتلك الأضرار مواد البيريت والمرقشينا .

وتأثير المواد الكبريتية أقل ضرراً في الطينات ذات الخواص الحرارية العالية من تأثيرها في الطينات ذات الخواص الحرارية المنخفضة، وذلك لسرعة تزجيج مشغولات الثانية قبل إتمام أكسدة وتطاير المواد الكبريتية واحتباسها داخله .

كذلك يدل وجود الكبريت وخاصة ثالث أكسيد الكبريت في نواتج التحايل الكيميائية للطين على وجود أملاح كبريتات الكالسيوم والماغنيسيوم القابلة للذوبان . وهذه المواد مضارها التي سنتناولها في موضوع الأملاح الذائبة .

وللتخلص من المواد الكبريتية يعمل على أكسدة وتطايرها من داخل الجسم قبل مرحلة تزججه مثلها في ذلك مثل طرق التخلص من المواد العضوية السابقة . لذلك تسوى الأجسام المحتوية على مواد كبريتية في جو مؤكسد مع إطالة فترة تسويتها في درجات الحرارة المنخفضة حتى يتمكن من التخلص الكامل من تلك المواد على هيئة غازات متطايرة قبل تكون البنية الزجاجية في جسم المشغول . كذلك تساعد المواد الخشنة المحدثه لمسامية الجسم على تسرب الغازات إلى خارجه . كذلك تعمل بعض أنواع البكتيريا على التخلص من الكبريت في الجسم الطيني بعد تشكيله ويخرج على هيئة غاز كبريتيد الأيدروجين، لذلك ينصح بترك الجسم الطيني بعد تشكيله فترة طويلة قد تصل إلى عدة شهور في مكان دافئ مناسب لنمو البكتيريا .

ويوجد الكبريت في الطين على هيئة مركبات كبريتية ذائبة ، أو على هيئة معدني البيريت والزرقيثا، أو على هيئة مركبات الثيوسيليكات والثيوسيليكات .

(٤) وجود الأملاح القابلة للذوبان^(١) :

تحتوى جميع أنواع الطينيات الطبيعية بوجه عام على نسب متفاوتة من الأملاح الذائبة . ويتوقف نوع هذه الأملاح على طبيعة الأرض المستخرج منها الطين . كذلك تتغير نسب وجود هذه الأملاح تبعاً لفترات ومواعيد تخزين الطين قبل استعماله .

مصادر هذه الأملاح :

تعدد مصادر الأملاح القابلة للذوبان في الطينيات ، فيرجع وجودها إلى المصادر الآتية :

(١) المياه الجوفية : وهي أغلب المصادر التي تتسرب منها الأملاح إلى الطين وذلك عند ارتفاع تلك المياه المحتوية على أملاح كبريتات الكالسيوم والماغنيسيوم ذائبة فيها من داخل القشرة الأرضية ، وترتفع المياه الجوفية خلال مسام الصخور الأرضية بالخاصة الشعرية وتستقر على سطح التربة أو الطين حين تبخرها وترك ما بها من أملاح تختلط بالطين . ونجد هذه الظاهرة واضحة في طفال إسنا بالوجه القبلي حيث تتصاعد محاليل نترات الصوديوم وكلوريده وكذلك الجبس إلى طبقات الطفل العليا ، وتتركز بفعل البخر السطحي حتى تصل نسبتها إلى ٢٤ تقريباً في القشرة السطحية منها ، بينما لا تزيد نسبتها على ٤٪ في الطبقات تحت القشرة .


(١) كولين : استعمال كبرونات الباريوم لمنع تكوين الريم في الأجسام الخزفية .
مجلة المختار من الخزف (طبعة ما وراء البحار) ، (١) ، رقم ٧ ، ٢٤٢ - ٢٤٧ ،
أبريل ١٩٥٠

(٢) تلوث الطينات عند استعمال مياه الآبار والينابيع العسرة المحتوية على أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم ذائبة فيها في عمليات تليين الطين وعجنه .

(٣) تتكون الأملاح الذائبة في الطين المحتوى على شوائب من البيريت عند تعرضه للعوامل الجوية. فيفتت الطين في فصول السنة الجافة وتزداد مساحة السطح المعرض منه للهواء، وتتكشف البيريت لتفعل أكسجين الهواء الذى يؤكسدها إلى كبريتات الحديد كما في التفاعل الآتى .



وقد يتصاعد ثانى أكسيد الكبريت عند زيادة عملية الأكسدة مع تحول البيريت إلى كبريتات الحديد - وذلك كما في التفاعل الآتى :

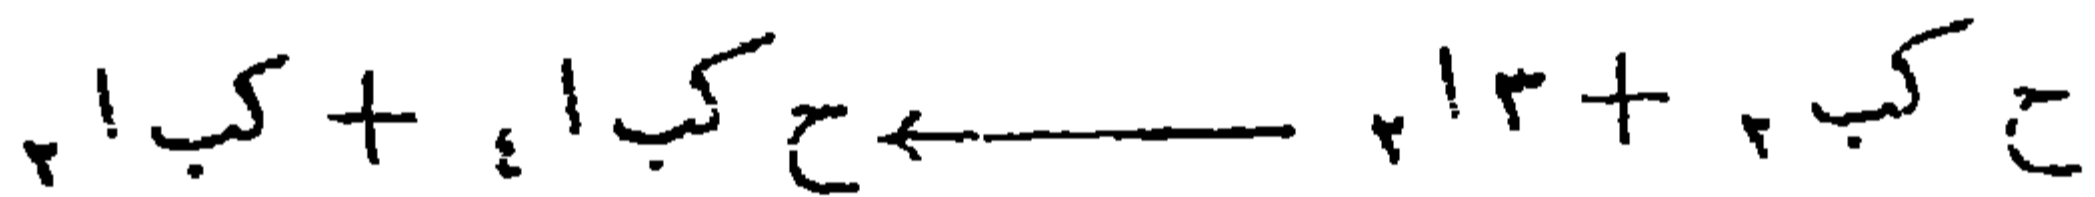

ويحدث في فصول الأمطار أن تذوب الكبريتات وتختلط بالطين أو يتفاعل محلولها مع محاليل أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم الموجودة في المنطقة مكونة كبريتات الكالسيوم والماغنيسيوم، وتتحول كبريتات الحديد إلى مركبات حديد أخرى .

(٤) يعتبر الوقود الطبيعي من فحم أو بتروك عند ما يحتوى على مواد كبريتية مصدراً من مصادر هذه الأملاح الذائبة، وذلك لتحول المواد الكبريتية عند احتراقها في أفران التسوية إلى حامض كبريتيك يذيب مركبات الطين المعدنية مكونة كبريتاتها التى تختلط بالشفولات الطينية داخل الأفران ما لم توضع داخل صناديق مستورة عن اللهب .

(٥) تنتج عمليات تميؤ الطين إلى السيليكا المائية القابلة للذوبان .

(٦) تسبب أنواع البكتيريا الكبريتية تحلل المواد الكبريتية عديدة الذوبان إلى مركبات كبريتية تقبل الذوبان .

ومن الملاحظ ازدياد نسبة الأملاح الذائبة في انطينات القريية من الجارى المائية وفي المناطق الرطبة عن نسبتها في الأماكن البعيدة عن تلك الجارى، وفي المناطق الجافة . ويعمل ادمصاص سطح دقائق الطين لأيونات هذه الأملاح على بقائها فيه وصعوبة التخلص منها في عمليات الفسيل والتنقية .

وتتفاوت مقادير ونوع هذه الأملاح من طينة لأخرى ، فقد وجد ميلارر أن بعض الطينات الكروية تفرز نحو ٤ر٠٪ من الأملاح الذائبة ، بينما يفرز الطين الصينى مقداراً بسيطاً منها لا يتجاوز ٠١٥ر٠٪ ومن أنواع الطين ما هو خال تماماً من هذه الأملاح، ومنها ما يحتوى على نحو ١٥ر٠٪ منها أو أكثر من ذلك .

أنواع الأملاح الذائبة وتأثيراتها :

تنقسم الأملاح الذائبة من حيث نوعها ودرجات تأثيرها الضار على خواص الطين ومشغولاته إلى أربعة أقسام هي :

(١) الأملاح القلوية : وذلك مثل أملاح البوتاسيوم والصوديوم ، كما

يضم هذا القسم أملاح البورات أيضاً . وأملاح هذا القسم شديدة الذوبان في الماء سهلة التسرب من الطين ، لذلك يندر وجود هذه الأملاح في الطينات إلا حيث يكثر وجودها في المناطق المجاورة للطين ، أو في المناطق الصحراوية حيث ينعدم لئاء الذى يعمل على إذابتها وتسربها من الطين . وتوزع هذه

الأملاح توزيعاً غير منتظم في طبقات الطين فهي إذ تتركز في طبقاته العليا السطحية تكاد تنعدم في الطبقات السفلى والطبقات المغطاة منه ، وذلك كما في طفل إسنا حيث تتركز تترات الصوديوم في القشور السطحية من رواسبه بالغة نحو ٢١ ٪ من الصخر ، بينما لا تتجاوز نسبتها ٤ر٠ ٪ في الطبقات السفلى.

وبسبب وجود الأملاح القلوية في الطين انخفاضاً في خواصه الحرارية ، إذ تعمل كمساعدات صهر ، ولا تؤثر هذه الأملاح تأثيراً ضاراً في لون المشغولات الطينية بعد تسويتها. وللأملاح القلوية عند وجودها بمقادير مناسبة تأثير مفيد في تحسين نعومة سطح أجسامها الخزفية ، كما تساعد عند وجودها في سطح المشغول على ارتباط طبقات التزجيج به ، وتصلح مشغولاتها في عمليات التذهيب والتلميح . وتعمل الطينات القلوية لخاصة قدرة ربطها في خلطات البطانة والخلطات المستعملة في زخرفة تحت التزجيج في مشغولات الفخار الأحمر .

(٢) الأملاح القلوية أرضية : وذلك مثل أملاح الكالسيوم

والمغنيسيوم ، وهذه الأملاح أضرار ملحوظة على خواص المشغولات المحتوية عليها ، فهي تسبب تشويه سطح الجسم بتكوينها طبقات من الريم والرغاوى والعقائع عليه بعد التسوية : وأكثر الأملاح القلوية أرضية انتشاراً في الطينات هي الجبس الذي هو أكثر الأملاح الذائبة عامة إضراراً بالمشغولات الخزفية . أما كبريتات المغنيسيوم فهي أقل من الجبس وجوداً في الطين وإضراراً به وبمشغولاته . وترجع أضرار الجبس للمشغولات إلى قلة ذوبانه في الماء ، إذ يذوب بنسبة جزء منه لكل ٤١٥ جزءاً من الماء في درجات الحرارة العادية ، لذلك فمن الصعب التخلص منه في عمليات التنقية بالغسيل ، واستمرار وجوده

في الطين للفسول وعودته ليذوب في ماء التلين، والعجن، ويختلط بمحلوله بجسم المشغول متخللاً مسامه، ويرتفع إلى سطح الجسم حيث يتبخر الماء عند التسخين في عمليات التسوية تارناً طبقات بيضاء تعرف عند الخزافين بالريم. ومما يعمل على استمرار فعل كبريتات الكالسيوم الضار عدم تفكك المادة قبل درجة حرارة ١٢٠٠ م. الدرجة التي لا تصل إليها تسوية كثير من منتجات الطين الفخارية والزلطية، كذلك تعمل قوة تماسك والتصاق ريم المادة بسطح المشغول على صعوبة إزالته بالماء أو بسوائل التنظيف العادية. وليس لباقي المركبات التلوي أرضية إضرار على المشغولات الخزفية كإضرار كبريتات الكالسيوم فيتحول أيدروكسيد الكالسيوم إلى الكربونات بمجرد ارتفاعه على سطح الجسم لآتماده بثاني أكسيد الكربون الموجود في الفرن، ومن السهل إزالة طبقة كربونات الكالسيوم من فوق سطح الجسم بغسلها بسوائل تحتوي على حامض الأيدروكلوردريك المخفف. أما كلوريد الكالسيوم فهي مادة شديدة التميع سهلة الإزالة عند غسلها بالماء. كذلك تتحلل مادة فلوريد الكالسيوم بسرعة في درجات الحرارة المنخفضة، لذلك تعتبر رواسب تلك المواد ربما مؤقتاً يسهل إزالته.

والريم الناتج من طفق كبريتات الكالسيوم أكثر وضوحاً على سطح المشغولات الحمراء والبنية من وضوحه على سطح المشغولات فاتحة اللون. ولريم كبريتات الكالسيوم قدرة امتصاص وهضم بعض مواد طبقات التزجيج المطبقة فوقه لآتماده بها في عمليات فضج التزجيج، وتعمل هذه الخاصية على محور آثار ذلك الريم من فوق سطح الجسم، كما تقوى من ارتباط طبقات التزجيج والتصاقها بسطح المشغول.

(٣) أملاح الحديد القابلة للذوبان : وذلك مثل كبريتات الحديد وأكاسيده

المائية .

وهذه مواد أقل وجوداً وإضراراً من أملاح الكالسيوم .

وتتلف هذه المواد عند وجودها في جسم المشغول على سطحه في عمليات التسوية مكونة نوعاً من الريم الأحمر أو البني ضعيف الوضوح على سطح المشغولات قائمة الألوان ، لكنها تظهر على سطح المشغولات ذات الألوان الفاتحة ، وذلك على عكس ريم كبريتات الكالسيوم أبيض اللون . وقد يستفاد من لون الريم الحديدي كزخرف مصادف عند تباينه مع لون سطح مشغوله ، وذلك كما في حالات مشغولات تربيعات وطوب الوجيات .

(٤) أملاح الفاناديوم : وهذه أقل وجوداً في الطين من أملاح

الكالسيوم والحديد ، كما أنها أقل إضراراً من أملاح الكالسيوم . ويبدو ريم هذه الأملاح على شكل مجموعات الزهور والأوراق الخضراء المصفرة تزين سطح المشغول المتباين معها في اللون وخاصة ما كان منه ذا لون أحمر قاتم ، ويتسكون ريم أملاح الفاناديوم عند مقاومتها للاتحاد بسيليكات الأجسام الخزفية في درجات حرارة التسوية العالية .

وينبغي أن نفرق بين ريم أملاح الفاناديوم على سطح المشغولات الخزفية وبين ما يشاهد من بقع خضراء أو صفراء على السطح الخارجي لسقوف التربيعات والطوب في الأماكن الرطبة والتي تنتج من نمو بعض أنواع الفطر على سطح تلك المشغولات المسامية الرطبة .

وللريم الحديدي والفاناديومي تأثير ضار عند تزجيج سطح أجسامها

وذلك بعكس تأثير ريم كبريتات الكالسيوم في هذه الناحية ، فيقاوم ريم المركبات الحليميدية و الفلورايدية و الفلورايدية و الفلورايدية و الفلورايدية ،
 ويعضف من ارتباط و التصاق طبقاته بسطح المشغول وخاصة مشغولات الفخار الأحمر .

قابلية ذوبان الأملاح المشهورة (١) :

يبين الجدول الآتي قابلية ذوبان الأملاح المشهورة في الماء في درجات الحرارة العادية ، وذلك كقedar الملح بالجرامات الذائبة في
 مائة جرام من الماء :

المركب	الوزن الجزيئي	قابلية الذوبان	المركب	الوزن الجزيئي	قابلية الذوبان
كالكيم	١٣٦	١٧٧٩	كالكيم	١٩٧	١٩٧
كالكيم ، ٢ يد	١٧٢	٢٤١	كالكيم ، ٢ يد	٢٣٣	٢٣٣
كالكيم (١ يد) ٢	٧٤	١١٣	كالكيم ، ٢ يد ، ٢ يد	٢٤٤	٢٤٤
		١٧	كالكيم ، ٢ يد ، ٢ يد	١٧٥	١٧٥

(١) كتاب شركة المطاط الكيمياء في الكيمياء والطب .

تابع ابدول السابق

قابلية الذوبان	الوزن الجزئي	المركب	قابلية الذوبان	الوزن الجزئي	المركب
٥٥٦	٣١٦	با (ايد) ٢، ٨ يد ٢ ا	٤٩٦	١١١	كا كل ٢
يتصلل	١٦٩	با ك	٣٧٣	٢١٩	كا كل ٢، ٦ يد ٢ ا
لا يذوب	١١٦	ح ك ا ٣	٠٠٣٧	٧٨	كا قل ٢
١٦٠٠١	١٩٩	ح كل ٢، ٤ يد ٢ ا	يتصلل	٧٢	كا ك
٠٠٠٦٧	٩٠	ح (ايد) ٢	٠٠١٠٦	٨٤	ما ك ا ٣
٧٤٣٩	١٦٢	ح كل ٣	٠٠٤	٤٨٦	ع ما ك ا ٣، ٥
٢٤٦	٢٧٠	ح كل ٢، ٦ يد ٢ ا	١٦٧	٢٠٣	ما (ايد) ٢، ٥ يد ٢ ا
لا تذوب	١٠٧	ح (ايد) ٢	٠٠٠٠٩	٥٨	ما (ايد) ٢

طرق التخلص من تأثيرات الأملاح انذائية الضارة :

تعتبر مادة كبريتات الكالسيوم من أكثر المواد الضارة بالمشغولات الخزفية — لذلك فهي من المواد التي تسترعى الانتباه عند وجودها في الطين وتعمل الاحتياطات اللازمة لإزالتها من الطين أو إبطال فعلها الضار على المشغولات . وأهم الطرق المتبعة للتخلص من التأثيرات الضارة لتلك المادة هي :



(١) إزالتها بالغسيل .

(٢) إبطال فعلها بالتترسيب .

طريقة الغسيل : تترك بعض مصانع الخزف وخاصة في البلاد الممطرة خاماتها الطينية معرضة لفترات طويلة قد تصل إلى ثلاث سنوات، لتعمل الأمطار المطالة فتذوب مادة كبريتات الكالسيوم في مياه الأمطار الغزيرة ويتخلص الطين منها بعد ذلك . وهذه طريقة ناجحة رخيصة التكاليف . إلا أن هذه الطريقة غير متيسرة في مصر لعدم توافر الأمطار وسقوطها بصفة مستمرة . كذلك لا تصلح طريقة الغسيل هذه في حالة الطينات المحتوية على البيريت التي تسبب عمليات الغسيل لها ارتفاع نسبة الكبريتات في الطين لأكسدة المعدن بأكسجين الهواء إلى كبريتات، لذلك يفضل اتباع طريقة الترسيب الآتية لإبطال فعل الكبريتات .

طريقة الترسيب : وفيها ترسب كبريتات الكالسيوم على هيئة كربونات الكالسيوم وكبريتات الباريوم ، وكلاهما عسر الذوبان في الماء . وتستعمل للترسيب محاليل كربونات الباريوم بصفة أساسية أو أى محلول باريومي آخر

مثل الأيدروكسيد أو الكلوريد أو الفلوريد . والتفاعل الحادث في عمليات الترسيب هو :

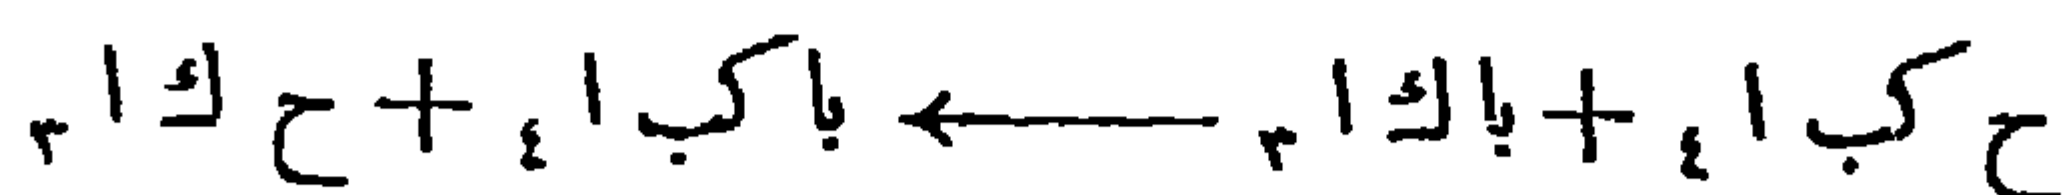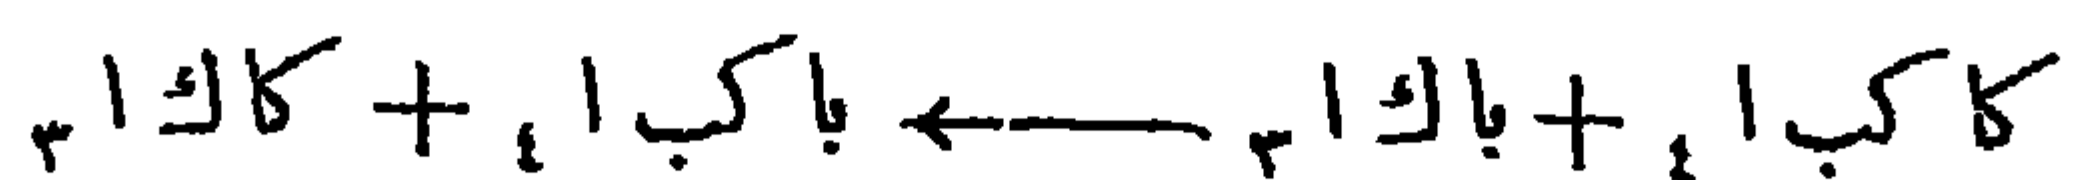

وفي حالة استعمال محاليل أيدروكسيد الباريوم أو كلوريد أو فلوريد مع محلول كبريتات الكالسيوم ينتج مع كبريتات الباريوم الناتجة مركبات من أيدروكسيد أو كلوريد أو فلوريد الكالسيوم ، وهذه ذات تأثيرات مؤقتة يسهل التخلص منها كما سبق ذكر ذلك .

كميات أملاح الباريوم اللازمة لترسيب كبريتات الكالسيوم :

يتوقف فعل أملاح الباريوم في ترسيب الكبريتات على مقدار نشاط الملح . ويحد من نشاط الملح في العملية ما يدمص منه على سطح دقائق الطين ومقدار ما لا يتفاعل منه نتيجة لعدم جودة اختلاطه بالطين . وينصح بعض الخرافين بإضافة الملح بمقدار ضعف كمية الكبريتات في الطين . وتتراوح مقادير الملح المستعملة في أغراض ترسيب الكبريتات ما بين ٥ر٠ - ١ر١ من وزن الطين الجاف عادة .

إلا أنه يجب الحذر من زيادة مقدار ملح الباريوم المضاف إلى الطين عن القدر اللازم لترسيب الكبريتات ، إذ تعمل الزيادة من ملح الباريوم عمل الأملاح الذائبة وتسبب متاعب أخرى للمشغول عند تسويته . لذلك يجب حساب الكميات اللازمة من أملاح الباريوم في عملية ترسيب الكبريتات

حساباً مضبوطاً في كل عملية ترسيب تجرى للطين . وتقدر كمية الملح الباريومي اللازمة لعملية الترسيب بإحدى الطرق الآتية :

(١) حساب مقدار ملح الباريوم اللازم لترسيب مقدار كبريتات الكالسيوم الموجودة في الطين من نتائج التحليل الكيميائي للطين ، فيحتاج كل جرام واحد من الكبريتات على هيئة ثالث أكسيد كبريت المدون في نتائج التحليل إلى ٢٥٠ جراماً من كربونات الباريوم، أو يحتاج كل جرام واحد من كبريتات الكالسيوم المائية (الجبس) إلى ١١٤٠ جراماً من كربونات الباريوم .

(٢) التقدير المباشر لكمية ملح الباريوم اللازمة لعملية الترسيب .

(٣) التقدير المباشر لكمية كربونات الباريوم اللازمة لعملية الترسيب .

ويحتاج عند استعمال أملاح الباريوم وخاصة كربوناتها إلى تقدير نشاطها أو الكمية الفعالة في المادة الباريومية المستعملة في كل من درجة حرارة التفاعل ومدته . ويبلغ نشاط كربونات الباريوم الصناعية ٣٦ - ٣٨ ٪ من وزنها ، أما الأنواع الطبيعية مثل الوبذريت فضعيفة النشاط إذ يقل عن ٢٥ ٪ من وزنها ، لذلك فلا ينصح باستعمالها .

أملاح الباريوم المستعملة في عمليات ترسيب الكبريتات :

أكثر مركبات الباريوم المستعملة في عمليات الترسيب هي كربونات الباريوم الصناعية لتعومتها ونشاطها ورخصها، ولما تستعمل مركبات الباريوم الأخرى لغاؤها من جهة ولتكوينها لبعض أنواع الأملاح الذائبة التي تحتاج إلى عمليات تنظيف وإزالة ما تخلفه من ريم مؤقت .

وعند استعمال أيديروكسيد الباريوم لغرض الترسيب تضاف بكمية أقل من المقدار المحسوب ثم يتم ترسيب باقي الكبريتات بإضافة محلول كربونات الباريوم حتى لا يتسبب عن وجود زائد من أملاح الباريوم الذائبة مضار بالشغول عند تسويته . ويفضل استعمال أيديروكسيد الباريوم في بعض عمليات الترسيب عن استعمال كربونات الباريوم لبطء تفاعل الأخير . وتستعمل كربونات الصوديوم اللامائية بدلا من كربونات الباريوم لإتمام ترسيب الكبريتات الذائبة عند استعمال أيديروكسيد الباريوم أو أملاح الباريوم الأخرى كعوامل ترسيب، ويفضل استعمال كربونات الصوديوم في هذه الناحية لرخصتها عن كربونات الباريوم، ولما تكسبه من لازية للطين. وفي حالة استعمال كربونات الصوديوم بمقادير كبيرة يجب أن يلبس العمال قفازات من المطاط حتى لا يؤدي تأثير المادة الكاوية أيديهم في عمليات العجن .

وتستعمل في بعض الأوقات محاليل كلوريد الباريوم أو فلوريده في عمليات الترسيب وتنسوى المادتان في الميزان والمضار وطريقة الاستعمال مع مادة أيديروكسيد الباريوم، ويجب مراعاة أن أملاح ومركبات الباريوم الذائبة في الماء ذات تأثير سام لمن يتناولها داخل جسمه . وتعالج الإصابات بشرب المصاب محلول كبريتات الصوديوم .

ويستعمل الآن الرماد الأسود وهو كبريتيد باريوم تجارى في عمليات الترسيب، ويتحلل الرماد في الماء إلى أيديروكسيد الباريوم ويتصاعد غاز كبريتيد الأيدروجين، ولما كان الغاز الناتج كريه الرائحة مما يسبب مضايقات للمشتغلين في العملية، لذلك يستعمل الرماد وهو جاف فيخلط المقدار اللازم منه بالطين خلطاً جافاً، وينتج الرماد الأسود من عمليات اختزال الباريات

(كبريتات الباريوم الطبيعية) أو كبريتات الباريوم الصناعية الناتجة كفضلات من بعض الصناعات، وتجري عملية اختزال المادة بتسخينها مخلوطة مع تراب الفحم .

طرق إضافة أملاح الباريوم :

تضاف أملاح ومركبات الباريوم في عمليات الترسيب على عدة طرق ، هي .

١ - تضاف كربونات الباريوم إلى الطين الجاف قبل طحنه في طواحين خلط الرطبة أو تضاف إلى الطين قبل وضعه في أحواض التلدين .

٢ - تضاف كربونات الباريوم إلى ماء التلدين بالنسبة المطلوبة مع تقليب الماء باستمرار للحصول على محلول معلق متجانس منها ، ثم يضاف المحلول المعلق إلى الطين بمقادير معينة عن طريق أنابيب يمر فيها .

٣ - يستخدم سيقون طافي لتزويد الطين بالكميات اللازمة من محلول كوريد الباريوم أو أيدروكسيده .

ولا تضاف الكربونات على هيئة مسحوق جاف إلى الطين الرطب في طواحين الخلط ، إذ تفقد الكربونات جزءاً كبيراً منها دون أن يتفاعل مع الكبريتات الذائبة في الطين .

زيادة نسبة مكونات الطين

تناولنا من فوائد التحليل الكيميائي لتعيين معرفة درجة نقائه والانتفاع بها في تعديل نسب مكونات الخلطات حسب درجة نقاء خاماتها ، كذلك

يدل التحليل الكيميائي على نوع و مقدار الشوائب الضارة بالطين ويستفاد من ذلك تلافي أضرار تلك الشوائب قبل تشغيل الطين في العمليات الخزفية .

وبدل التحليل الكيميائي للطين على ارتفاع نسبة بعض مكوناته الآتية :

١ — زيادة نسبة ماء الارتباط :

كمية الماء المرتبط بالطين حسب التقدير النظري هي ١٣٫٩٪ ، وترتفع هذه النسبة في مركبات سيليكات الألومنيوم المائية الأخرى ، كما في معادن الهولوسيت والأوفين وغيرها من معادن أشباه الطين ، ولا يخرج ماء الارتباط من المشغولات الطينية في أثناء عمليات تجفيفها ، بل يبقى منه ما يزيد على ١٠٪ من وزن الطين بعد تسخينه في درجة حرارة ١١٠°م ، ولا يتم التخلص من جميع ماء الارتباط في طين جسم المشغول قبل تسخينه إلى درجة حرارة ٣٣٠°م ، وتسبب زيادة ماء الارتباط في الطين كبر معامل انكماش مشغولاته ، وما يترتب على ذلك من حدوث التشقق والتشريح في الأجسام عند تسويتها ، وتعالج الطينيات المحتوية على نسب عالية من ماء الارتباط بإضافة مواد خشنة تعمل على خفض معامل الانكماش عند التسوية .

ومما يجدر ملاحظته أن الفقد في وزن الطين عند تسخينه لا يرجع فقط إلى خروج ما به من ماء بصفة دائمة فقد يكون الفقد في الوزن نتيجة لتطاير المواد العضوية الكربونية أو نتيجة تفكك الكربونات عند وجودها بالطين .

٢ — ارتفاع نسبة السيليكات :

يدل ارتفاع نسبة السيليكات في الطين عن معدلها إلى وجود معدن الكوارتز

أو إلى وجود حامض سيليسيك أو مواد سيليسية أخرى ، ويجب مراعاة ذلك عند إضافة مساعدات الصهر إلى خلطات الطين السيليسي .

٣ - ارتفاع نسبة الجير :

يسبب ارتفاع نسبة الجير في الطين قصر المسافة أو المدى الحرارى بين بدء عملية التزجيج وليونة الجسم عند تسويته . لذلك يسبب الجير عند وجوده بنسبة مرتفعة في الطين سرعة انصهار المشغول وخاصة تحت تأثير ثقل الشحنات في أفران التسوية . ويحدث هذا عندما يكون الجير موزعا توزيعاً متجانساً في جسم المشغول . أما إذا كان الجير موجوداً على هيئة فتات خشنة لم يعتن بطحنها وخلطها جيداً فيسبب عندئذ حدوث انتفاخات وبثور على سطح المشغول عند التسخين ، كذلك تسبب تلك الأجسام الخشنة حدوث تشقق أو تشريح عندما تقرب إليه الرطوبة لزيادة حجمه .

استنتاج بعض خواص الطين

يمكن استنتاج بعض خواص الطين من نتائج تحليله الكيميائى ، وذلك كما فى حالة الخواص الآتية :

(١) الخواص الحرارية :

يمكن الاستدلال على خواص الطين الحرارية مما تحتويه نتائج تحليله الكيميائى من أكسيد الحديد والماغنيسيا والقلويات وغيرها من مساعدات الصهر الأخرى ، فتنخفض خواص الطين الحرارية إذا احتوى على نسب عالية من مساعدات الصهر . كما أن لتوع مادة مساعد الصهر دخلاً كبيراً فى خفض خواص الطين الحرارية بجانب كميته .

وترتفع خواص الطين الحرارية بارتفاع نسبة لألومينا فيه عن المعدل .

(٢) اللون بعد التسوية :

يمكن الاستدلال بصفة تقريبية على لون المشغول الطيني بعد تسويته مما يحتويه تقرير التحليل الكيميائي للطين من أكاسيد ذات تأثير نوني كأ أكسيد الحديد وأ أكسيد الننجيز والروتيل وغيرها .

أما الألومينا والجير وناغنيسيا فيسبب وجودها فتح اللون .

ويختلف لون المشغول الطيني بعد تسويته إذا كانت نسبة الأ أكسيد به تقل عن ١ ٪ ، ويصبح لونه قهياً إذا تراوحت نسبة الأ أكسيد فيه بين ١ - ٣ ٪ ، ويقتم لون المشغول بعد التسوية إذا زادت نسبة الأ أكسيد به على ٣ ٪ ، ومن الصعب التكهن بدرجة اللون الناتج بعد التسوية عند زيادة نسبة أكسيد الحديد على ٣ ٪ ، ويحتاج لمعرفة لون الجسم بعد التسوية إلى حريق عينة من الطين ليتثنى معرفة اللون الحقيقي للجسم بعد تسويته ولنعومة الأ أكسيد وحالة وجوده بالطين وما يحتويه الأخير من مواد أخرى وكذلك لطريقة المعالجة الحرارية للمشغول ، كل ذلك له تأثير على لون المشغول بعد تسويته بجانب ما به من نسبة أكسيد الحديد .

مسائل

- ١ - استنتج واحسب النسب المثوية لمكونات عينة من الطين وزنها ٩٩٩٨ ر . من الجرام ، كان وزن الراسب المتخلف من هضم العينة في حامض الكبريتيك المركز هو ٣٩٠٨ ر . من الجرام ، ووزن الفلوريدات المتطايرة من العينة هو ٢٩٧٠ ر . من الجرام .

٢ — استنتج واحسب النسب المئوية لمكونات طين نتائج تحليل عينة
من :

وزن العينة = ٩٩٦٨ ر. من الجرام .

وزن الراسب المتخلف من هضم العينة في حامض

كبريتيك مركز = ٤٠٢٦ ر. من الجرام .

وزن الألومينا في الراسب السابق = ٠١٨١ ر. من الجرام .

٣ — احسب النسب المئوية لأكاسيد المعادن الآتية :

(١) الكاولينيت : لو ٢٣١ ، ٢٤ من ٢١ ، ٢٤ يد ٢١ .

(ب) الأورثوكليز : بو ٢١ ، لو ٢٣١ ، ٦٤ من ٢١ .

(ج) الطباشير : كاك ٣١ .

(د) البوراكس : ص ٢ ب ١٠ ، ٧١ يد ٢١ .

(هـ) الموليت : ٣ لو ٢٣١ ، ٢٤ من ٢١ .

٤ — احسب نسبة الرطوبة والفقد في وزن الطين بعد تسويته في العينات
الآتية ، وذلك على أساس :

١ — وزن العينة أو الوزن الرطب .

٢ — الوزن الجاف .

٣ — الوزن بعد التسوية .

رقم	وزن العينة	وزن العينة الجافة	وزن العينة بعد التسوية
١	٢٣٨	٢٢٧	٢٠١
٢	٤٩٦	٤٥٦	٤٠١
٣	٣٨١	٣٨٠	٣٢٦
٤	٤٢١	٤٠٠	٣٩٨
٥	٤٣٢	٣٢٠	٢٩٧
٦	٦٧٢	٥٢١	٤٣٦

د - إذا كانت نسبة الفقد في الوزن بعد التسوية في عينة من الطين هي ١٨٪ ، فحسب نسبة الفقد في الوزن على أساس العينة بعد تسويتها .

٦ - إذا كانت نسبة الفقد في الوزن بعد التجفيف في عينة من الطين هي ١١٪ ، ونسبة الفقد في الوزن بعد التسوية بالنسبة لوزن العينة هو ١٧٫٢٪ ، فحسب نسبة ماء الارتباط في الطين على أساس كل من الوزن الجاف والوزن بعد التسوية .

٧ - عند تحليل عينات من الطين المصري وجدت أوزان أكاسيدها كالمبينة في الجدول الآتي بالجرامات ، أوجد نسب الأكاسيد المثوية لكل عينة منها :

طین	طفال	طین	طین	طین	طین	طفل	کاوین	کاوین	کاوین
طره	اسنا	ارمل	اسوانی	اسوانی	مفروز	تینی	التظام	ابو زینة	ابو زینة
٢٥٥٠٠٠	١٢٦٢٦٧	٠٨٠٩١	١٠٠٠٠٠	١٤٢٨٦	٠٨٣٣٣	٠٩٠٩١	١١١١١١	وزن المینة	
٠٨٩٥٠	٠٧٧١٦	٠٢٤٢٧	٠٤٩٦٠	٠٩٧٥٧	٠٣٠٩١	٠٥٩١٨	٠٤٩٢٢	س	٢
٠٣٦٢٥	٠٢٨١٦	٠٠٨٥٤	٠١٧٥٠	٠٤٢٤٢	٠١٣٦٦	٠١٤٦٣	٠٤٣٠٠	لو	٢
٠١٥٢٥	٠٠٢٥٠	٠١٤٣٦	٠١١٥٠	٠٠١١٤	٠٠٣٦٦	٠٠٣٨١	٠٠٠٥٥	ح	٢
٠٣٤٠٠	٠١٩٨٣	٠٠٢٤٥	٠٠٨٤٠	٠٠٠٢٨	٠١٢٢٥	٠٠٠٣٨	٠٠٠٢٢	طا	١
٠٢٥٥٠	٠٠٨١٦	٠١٦٠٠	٠٠٥٨٠	٠٠٠٢٨	٠٠١١٦	٠٠١٠٠	٠٠٠٢٢	کا	١
٠٠٢٧٥	٠١٧٨٣	٠٠٠٤٥	٠٠٠٥٠	٠٠٠٧١	٠٠١٢٥	٠٠٣١٨	٠٠٠٥٥	(بوص)	١
٠٠٨٠٠	٠١٠٣٣	٠١٠١٧	٠٠٤٨٠	٠١٣٠٠	٠٠٨٦٦	٠٠٦٥٤	٠١٥٦٦	یل	٢
—	—	٠٠١٠٩	٠٠١٩٠	٠٠١٧١	٠٠١٢٥	٠٠١١٨	٠٠١٦٧	نی	٢
٠٢٩٧٥	٠٠٢٢٦	٠١٤٥٠	—	—	٠١٠٥٠	٠٠١٠٠	—	ک	١

٨- احسب وزن قانون كل من المعادن الآتية :

المعادن	بو ٢	ص ٢	أ	ك ١	م ١	لو ٢	ح ٢	س ١	يد ٢
فاسبار	٠٦٠	٠٣٥	٠٣٣	٠٣٠	٠٣٣	١٠٨	٠١٠	٧٧٦	---
حجر كورنوبول	٠٣٤٩٠	٠٣٤٤٥	٠٢٦٩١	٠٣٧٤	٠٣٧٤	١١٩٥٨	---	٨٩٩٥	٠٨٢٢١
اسبار اگنورد	٠٤٦٨	٠٢٣٢	٠٢٥	---	---	١٠٠	---	٥٨٠	---
اسبار بكنجام	٠٨٥٥	---	---	---	---	١٠٠	---	٥٧٠	---
اسبار جودفراي	٠٣٠	٠٥٤	---	---	---	١٠٠	---	٧٥٠	---

٩- استخراج التوازن الكيمائية المواد الآتية على أساس وحدة جزئية من كل من الأولمينا وأكسيد الحديد يدك وأكسيد البور ، وذلك من نواتج تحايلها الكيمائي الآتية ، محسوبة على أساس نسب مئوية :

المواد	ب ٢١	ب ٢٢	ج ٢٢	د ٢٢	هـ ٢٢	و ٢٢	ز ٢٢	ح ٢٢	ط ٢٢	ي ٢٢	ق ٢٢
فلسبار صوديومي	—	—	٦٨و٤٥	—	٠٢٧	١٨و٧١	٠١٨	٠٥٠	١١و٢٤	٠٦٢	—
مشغول صيني	٠١٧	—	٦٨و٣٤	٠٣٠	٠٢٨	١١و٤١	—	٠٢٤	١١و٧٤	١١و٨٢	—
طين	—	١٢و١٣	٤٨و٥٤	—	٠٦٧	٣٦و٢٥	٠٣٢	٠٣٢	٠٢٨	٠٧٠	—
طين	—	٠٣٥	٧٠و٠٣	—	٠٢١	١٧و٨٠	٠١٦	٠٩٨	١١و٦١	٨و٧١	—

١٠ - استخراج القوانين الكيميائية لمواد الأجسام الخرفية الآتية من النسب المئوية للمعادن المكونة لها ، وذلك على أساس وحدة جزئية من الألو ميئا ، واعتبار الطينات فيها معدن كلونيت :

المكونات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
أورتوكليز	٣٠٠	٣٣٠	٣٠٠	١٥٠	٢٠٠	١٨٠
طباشير	٢٠	—	٢٠	—	١٠	٠
طين صيني	١٧٠	٢١٠	٣٧٠	٣٥٠	٢٥٠	٣٥٠
طينة لازقة	٣٥٠	٢٦٠	١٠٠	٢٠٠	٢٥٠	١٠٠
كربونات ماغنيسيوم	—	—	—	—	—	٠
زلط	١٦٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٩٠	٣٦٠

١١ - استخرج واحسب نسب هادن و مواد الطيانات الآتية من النسب النوية انواتج تجاليلها الكيمائية الآتية ، و ذلك باعتبار القلوى فيها مرة بوتاسا و أخرى صودا :

الأكسيد	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)
س ^١	٦٣ و ١٧	٥٣ و ١٠	٤٧ و ٦٠	٤٦ و ٦١	٥٨ و ٣٩	٦٠ و ٤٠	٦٢ و ٥٢
ل ^١	٢٥ و ٠٩	٣٣ و ٠٦	٣٤ و ٠٠	٣٦ و ٤٧	٢٧ و ٥٠	٢٦ و ٥١	٢٥ و ٥٧
ح ^١	٤ و ٠	١ و ١٨	١ و ٣٥	١ و ٨١	٠ و ٣٦	١ و ١٤	٠ و ٩٢
ك ^١	٠ و ٣٥	٠ و ٣٨	آثار	٠ و ١٤	—	٠ و ٥٧	٠ و ٦٥
قلوى	٠ و ٨٠	٠ و ٨٣	٣ و ٠٠	١ و ٤٤	٤ و ٢٩	٩ و ٩٨	١ و ٠٤
يد ^١	٩ و ٧٠	١١ و ٣٢	١٣ و ٦٠	١٢ و ٨٠	٧ و ١٩	٨ و ٨٠	٩ و ٢٧

١٢ - احسب ووزن قانون كل من التركيبين الوزنيين الآتيين :

س ^١	ل ^١	ح ^١	ك ^١	ما	بو ^١	ص ^١	يد ^١
(١) ٧٠ و ٧٩	١٦ و ٧٥	٠ و ٢٢	٠ و ٢٤	٠ و ١٨	٨ و ٢٦	٣ و ٢٩	١ و ٤٦
(٢) ٧٢ و ٢١	١٦ و ٣٢	—	٢ و ٠٢	٠ و ٠٢	٤ و ٣٩	٢ و ٨٦	١ و ٩٧

١٣ — إذا كان وزن خلطة منصهرة هو ٩٦٢,٣٨ جراماً ، وكان وزنها قبل الانصهار كيلو جراماً واحداً ، احسب نسبة فقد الوزن في الطين أحد مكونات تلك الخلطة إذا كان الطين هو المادة الوحيدة التي يحدث فيها الفقد من بين مكونات تلك الخلطة .

وتتكون الخلطة من :

٢٠ رطلا من الفلسبار .

٤٠ رطلا من الطين .

٤٠ رطلا من الزلط .

١٤ — احسب نسبة الفقد النظرية عند تكليس المواد الآتية :

(أ) كلواينيت : لو ٢ ، ٣ ، ٢ س ١ ، ٢ يد ٢ ، ١ .

(ب) بوراكس : ص ٢ ، ب ٤ ، ٧ ، ١٠ يد ٢ ، ١ .

(ج) طياشير : ك ٣ ، ١ .

١٥ — عدل نسبة مكونات خلطات الفخار الإنجليزي الآتية . بحيث

تتفق مع درجات نقاء الخامات المستعملة لتكوينها :

نسبة الخلطات						المكونات
٦	٥	٤	٣	٢	١	
١٨	٢١	٢٤	٣١	٤٣	٤٧	طينة لازقة زرقاء
٤٣	٢٨	٢٧	٣٦	٢٤	٢٤	طين صيني
٢٤	٣٨	٣٦	٢١	٢٣	٢٢	زلط
١٥	١٣	١٣	١٢	١٠	٧	بجائيت

ويبين الجدول الآتي نقاء المكونات المستعملة في تكوين الخلطات

السابقة :

نقاء المكونات				خامات المكونات
زلط	كوارتز	فلسبار	كاولين	
٤	—	٦	٩٠	طينة لازقة زرقاء
٦	—	—	٩٤	طين صيني
—	١٠	٩٠	—	بجائيت

١٦ — إذا كانت نسبة الرطوبة في الخامات الآتية هي :

اسبار ٢٪

زلط ١٠٪

طين ٦٪

فما هي كميات الخامات التي يجب استعمالها لتكوين خلطة منها من مواد جافة بالنسب الآتية ؟ :

٨٧٢ رطلا من الطين .

٢٨٠ رطلا من الاسبار .

٤١٠ رطلا من الزلط .

١٧ — احسب المقدار اللازم من كلوريد باريوم متبلورة لترسيب كبريتات كالسيوم موجودة في طن من طين بنسبة ٠.٠٠٤٪ . ثم احسب الكمية التي تترجم لعملية الترسيب من كربونات باريوم ذات نشاط يبلغ ٣٧٪ .

١٨ — ما وزن الكمية اللازمة من كلوريد باريوم متبلور أو أيديروكسيد باريوم مائي أو كربونات باريوم ذات نشاط يبلغ ٣٨٪ ، تلزم لترسيب كبريتات ذائبة في طن من طين ، وذلك إذا احتاجت عينة منه وزنها مائة جرام مخلوطة بالماء إلى ٥ سم^٣ . من محلول ١٪ كلوريد باريوم لإتمام ترسيب ما بها من كبريتات ؟ .

احسب نسبة الكبريتات القابلة للذوبان في ذلك الطين .

١٩ — ما مقدار ما يلزم من كربونات باريوم لترسيب كبريتات قابلة للذوبان في طن من طين تحتاج عينة منه جرام واحد مخلوطة بالماء إلى عشرة سنتيمترات مكعبة من محلول ٠.٠٠٢٪ من كربونات الباريوم المستعملة لإتمام ترسيب ما بها من كبريتات ؟ .

(٢٠) ما مقدار كربونات الصوديوم اللامائية اللازمة لإتمام ترسيب كبريتات

كانسيوم في طن من طين يحتوي على ٠.٢٪ منها ، وذلك إذا استعمل في بدء عملية الترسيب ٥ لترات من محلول ٦٪ أيدروكسيد الباريوم المائية؟

(٢١) ما مقدار الرماد الأسود ذو نشاط يبلغ ٨٠٪ يلزم لترسيب كبريتات ذائبة في طن من طين يحتوي على ٠.٠٠٤٪ منها؟

(٢٢) احسب نشاط كربونات الباريوم المستعملة في ترسيب الكبريتات القابلة للذوبان من بيانات تجارب اختبار النشاط الآتية :

(٦) (٥) (٤) (٣) (٢) (١)

١٥٨ ٢٥٢ ١٥٧٥ ٢٥٥ ١٥٥ ٢
وزن العينة بالجرام

٠٠٧٣١٠ ١٥٣١٤٠ ١٥٥٠٧٥ ١٥٥٦٤٠ ٠٠٧٢٦٠ ٠٠٧٨٠٠
وزن الراسب بالجرام

النسبة المئوية لعدد ذوبان

١٧ ١٥ ٢٥ ٢٠ ٧ ١٠
كربونات الباريوم في حمض الأيدروكلوريك المختلف

٢٣ - عدل نسب مكونات خلطات الأجسام الخزفية الآتية ، بحيث تتفق مع درجات نقاء انخامات المناسبة لتكوينها :

نسب الخلطات					المكونات
أ	ب	ج	د	هـ	
٣٠	٣٣	٣٠	١٥	٢٠	فلسبار
١٩	٢١	٢٧	٣٥	٢٥	طين صيني
٣٥	٢٦	١٣	٢٠	٢٥	طينة لازقة
١٦	٢٠	٢٠	٣٠	٣٠	زلط

نقاء انخامات						انخامات
مواد عضوية	رطوبة	أكسيد حديدك	زلط	فلسبار	كاولينيت	
—	١	—	٥	—	٩٤	طين صيني
١	٢	١	٣	٣	٩٠	طينة لازقة
—	٢	—	١	٢	٩٥	طينة بيضاء
—	٥	—	٩٥	—	—	زلط
—	٢	—	٨	٩٠	—	بجماتيت

الباب الخامس بنية الطين

يقصد ببنية جسم تكوينه الطبيعي من حيث شكل وحجم أجزائه وترتيب تلك الأجزاء بعضها بالنسبة للبعض داخل الجسم وكيفية تماسكها . وقد سبق أن ذكرنا أن الطين جسم صلب متكون من أجزاء تقل في أبعادها عن ٠.٠٥ من المليمتر . وقد أطلقنا على مثل هذه الأجزاء اسم الجسيمات ، وأن من بين هذه الجسيمات ما يتراوح بعده ما بين أقل من ٠.٠٥ من المليمتر إلى ٠.٠١ من المليمتر، وأطلقنا على هذه الجسيمات اسم الحبيبات ، ومنها ما هو أقل من ذلك يتراوح في بعده ما بين أقل من ٠.٠١ من المليمتر إلى ٠.٠٠٠٠٠١ من المليمتر وأطلقنا عليها اسم الدقائق . وقد قسم « زيجموندى » الدقائق إلى ميكرونات وهي الدقائق التي تتراوح أبعادها ما بين أقل من ٠.٠٠١ من المليمتر أو الميكرون إلى ٠.٠٠٠١ من المليمتر أو ٠.١ من الميكرون، وإلى التراميكرونات تتراوح أبعادها ما بين أقل من ٠.١ من الميكرون إلى ٠.٠٠١ من الميكرون أو المليميكرتون . وهذه كلها أبعاد تزيد على الأبعاد الجزيئية العادية التي تقل عن المليميكرتون . وكثيراً ما نحتوى بعض أنواع الطين على أجزاء خشنة تزيد في أبعادها على أبعاد الجسيمات .

كذلك ذكرنا حالات وجود الطين في الطبيعة على هيئة صخور سائبة أو رخوة أو متماسكة . وتوجد جسيمات الطين على هيئة معادن متبلورة تتبع في تبلورها نظام الأحادي الميل في الغالب ومعظمها على هيئة غير متبلورة يمكن تبين أشكالها عند فحص الطين ميكروسكوبيا .

وتتوقف نعومة الطين على مقادير ما به من الأجزاء ذات الأبعاد السابقة . وتقدر نعومة الطين بعملية التحليل الميكانيكي له . وتعطى نتائج الاختبار على هيئة نسب مئوية لكل درجة من درجات النعومة المعادلة لأرقام المناخل القياسية المستعملة في الاختبار . ويستفاد من نتائج التحليل الميكانيكي للطين في عمليات تنقيته وفرزه ، وفي عمليات تعديل لازيمية عجائنة بإضافة المواد الخشنة إليه أو المواد شديدة النعومة حسب ما يتبين من نتائج ذلك التحليل وما تحتاج إليه العجينة ، وذلك للحصول على عجينة معتدلة اللازيمية صالحة للتشكيل . كذلك تبين نتائج التحليل نسبة المواد الخشنة في الطين .

كذلك تعطى نتائج التحليل الميكانيكي للطين فكرة عن مساحة سطح جسيماته وما تحتاج إليه من ماء كاف للحصول على لازيمية معتدلة يمكن دراستها لاستخراج بيانات عملية عن كميات ما يجب إضافته من مواد خشنة أو شديدة النعومة . وما يلزم من مقدار الماء لتكوين عجينة معتدلة اللازيمية . وذلك كما درست هذه الحالات في تكوين عجائن الخرسانات المستعملة في البناء . ولتوضيح ذلك ندرس النقط الآتية .

العلاقة بين أبعاد الأجسام ومساحة سطحها :

درس ميللور العلاقة بين طول قطر الدقائق وحجمها ومساحة سطحها

وأهمية ذلك في التفاعلات الكيميائية والتأثيرات الطبيعية لأجسام الدقائق وخاصة عند تماس سطوحها .

وقدر ميللور عدد الحبات الكروية التي يبلغ طول قطر كل منها مائمترا واحدا في الجرام الواحد من مادتها بمقدار ٧٢٠ حبة . كما قدر عدد الدقائق التي يبلغ كل طول قطر منها ٠.٠٠٠٠١ من لثليمتر في الجرام الواحد من مادتها بمقدار 10×72 دقيقة . كذلك قدر عدد نقط التماس في الحبات الأولى بمقدار ٢١٦٠ نقطة ، واستنتج من ذلك أن عدد نقط التماس في حالة الدقائق الثانية هو 10×216 نقطة . وتوصل ميللور من تلك النتائج إلى أنه كلما قل حجم أجزاء المادة زادت سرعة التفاعل الكيميائي والتأثيرات الطبيعية في جسم المادة .

ولتقدير أبعاد الجسيمات ^(١) بحسب أولا متوسط قطر الجسيم من متوسط طول قطري ثقب المنخلين الذين تحجز بينهما تلك الجسيمات . ثم يستخرج من البعد القطري الناتج كل من حجم الجسيم وعدد الجسيمات في كمية من مادتها . كذلك تحسب مساحة سطح كل من الجسيم الواحد وعدد الجسيمات في الكمية المقدرة، وذلك باستعمال القوانين الرياضية الآتية :

$$\text{حجم الجسيم} = \frac{1}{6} \times 31416 \times \text{مكعب القطر}$$
$$\text{أو } \frac{1}{6} = \frac{\text{ح}}{\text{ط}^3}$$

(١) بوردي : حساب التنمية النسبية لتساحيق تنود من المعامل السطحي لها . تطورات جمعية الخرف الأمريكية ، ٧ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ١٩٠٥ .
ميللور : المعامل السطحي لجلاكسون وبوردي . تطورات جمعية الخرف الإنجليزية ، ٩٤ ، ٩٤ ، ١٩٠٩ ، ١٩١٠ .

وزن الجسم = $\frac{1}{\rho} \times$ كثافة مادته $\times 3.1416 \times$ مكعب القطر
وعلى ذلك يكون عدد الجسيمات في وزن معين من مادة مقداره (ك)

$$\text{هو} = \frac{K}{\text{ث طق}^3}$$

ولما كانت مساحة سطح جسيم = طق^2

فيكون مجموع مساحات سطوح جسيمات وزنها ك = $\text{ث طق}^3 \times \frac{K}{\text{طق}^2}$

$$= \frac{K}{\text{ث ق}}$$

فإذا كان هناك مجموعات من جسيمات أوزانها على الترتيب هي :
 K_1, K_2, K_3, \dots وأقطار الجسيمات في كل مجموعة على الترتيب
السابق هي : Q_1, Q_2, Q_3, \dots

\therefore يكون مجموع مساحات سطوح الجسيمات هو : $\frac{K}{\text{ث}} \left(\frac{K_1}{Q_1} + \frac{K_2}{Q_2} \right)$

$$\left(\dots + \frac{K_3}{Q_3} + \dots \right)$$

المعامل السطحي القياسي لمادة :

هو للمساحات المكشوفة بالسنتيمترات المربعة لجسيمات جرام واحد من المادة.

مثال توضيحي .

احسب المعامل السطحي القياسي لعينة من طين ثقسه النوع ٢١١ ،
أعطت النتائج الآتية :

متوسط قطر الجسيمات	النسبة المئوية
٠.٣٨ ر. من المليمتر	٤٠
»	٣٥
»	٢٥

الحل:

لذا كان قانون حساب المعامل السطحي القياسي هو $\frac{6}{n} \left(\frac{1}{q} + \frac{2}{q} \right)$

$$\left(0.00 + \frac{2}{3} + \right)$$

∴ المعامل السطحي القياسي للعينه

$$= \frac{6}{2.11} \left(\frac{0.25}{0.0981} + \frac{0.35}{0.312} + \frac{0.40}{0.0038} \right)$$

$$= 2.84 (3 + 11 + 105)$$

$$= 119 \times 2.84$$

$$= \underline{\underline{338}} \text{ سنتيمتراً مربعاً}$$

علاقة المعامل السطحي القياسي بخواص الطين ومنتجاته :

يتوقف المعامل السطحي في أجسام العجائن الطينية على مساحة سطح مابها من أجسام غير غروية كالحبيبات والأجسام الأكبر منها . ومساحة تلك الأجسام هي مقدار السطح الذي يجب تغطيته بمحاليل الدقائق الغروية اللزجة التي تحدث التماسك بين باقى أجسام الطين للحصول على عجينة لازبة . كذلك تؤثر مساحة هذا السطح على عمليات الانصهار والتزجيج في أثناء تسوية الجسم الطيني وما ينتج عنه من بنية الجسم الصماء أو المسامية بعد تسويته .

كذلك للمعامل السطحي أهمية كبيرة جداً عنه تقدير خواص أجسام

لمشغولات الخزفية البيضاء نتيجة احتوائها على فليبار وزلط من مواد خشنة غير غروية . كما أن للعامل السطحي أهميته عند تقدير خواص مشغولات الفخار الأحمر المحتوية على مواد خشنة ، وله نفس الأهمية في تقدير خواص الطوب الحراري وخواص التسوية . (١)

ويحسب العامل السطحي للجسم الطيني من نتائج التحليل الميكانيكي لنظين أو من نتائج عملية التصوير بطريقة واتس . كما يمكن قياس أبعاد الحبيبات بواسطة الميكروسكوبات ذات العدسات المدرجة . ويسبب إهمال قياس أبعاد الدقائق في عملية الحساب بعض الأخطاء في نتائج العامل السطحي . على أن الفرق بين النتائج المحسوبة والنتائج العملية للمعاملات السطحية ليس كبيراً ، مما يمكن الاكتفاء بنتائج قياس أقطار الحبيبات بالطرق السابق ذكرها ، وذلك في حالات أنواع الطين الخشن والمتوسط النعومة . أما في حالات الطينات الشديدة النعومة مثل الطينات الكروية التي تحتوي على أكثر من ٩٠٪ منها دقائق ناعمة فتكون نتائج حساب العامل السطحي لها من قياس أبعادها القطرية بإحدى الطرق الميكانيكية السابقة مخالفة كثيراً للواقع .

وفي مثل حالات الطينات الشديدة النعومة يمكن قياس الأبعاد القطرية لدقائقها بالتقديرات النسبية بواسطة الأتراميكروسكوب . كما يمكن استخدام طريقة تقدير نسب كميات المواد المشعة مثل عنصر الثوريوم (ب) التي تدمص على سطح الدقائق الناعمة ، وذلك باستعمال ميكروسكوب كهربائي

(١) كيركباتريك : علاقة معامل الكسر بالعامل السطحي . تطورات جمعية الخزف الأمريكية

١٩١٧ : ٢٩٤ ، ٢٧١ ، ١٩

للحصول على الأبعاد القطرية لتلك الدقائق من منحنيات الادمصاص
لكل مادة^(١).

زيادة مساحة السطوح بالطحن :

يعمل الطحن الدقيق على انقسام وزيادة عدد الدقائق وما يتبع ذلك من
زيادة مساحة سطحها زيادة عالية جداً . وذلك كما يتبين من الجدول الآتي^(٢) :

(١) كوزلر : تقدير مساحات السطوح نسبياً للمواد الناعمة ، جورنال جمعية الخرف
الأمريكية ٩ ، ٤٣٧ : ١٩٢٦ .

(٢) جيروم : الكيمياء الفروية ١٥ . شركة دن نورستاند للنشر : ١٩١٩ .

حساب متوسط قطر الجسيمات :

يحسب متوسط قطر الجسيمات من نتائج التحليل الميكانيكي للمادة ، وذلك بفرض أن الجسيمات ذات أشكال كروية منتظمة . وكلما تقاربت حدود أحجام الجسيمات دقت نتائج حساب أبعادها . ومن الممكن الحصول على نتائج دقيقة باستعمال مناخل ذات مقاييس متقاربة . كما أن لطبيعة المادة وطريقة طحنها تأثيراً كبيراً على دقة النتائج .

فإذا كان $ق_1$ ، $ق_2$ هما حدود أبعاد ثقبين المنخلين المستعملين الحاجزين للجسيمات بينهما، وأن $س$ متغير يدل على قطر أى جسيم من الجسيمات المحبوزة بين المنخلين، وع هو عدد الجسيمات، و $ح_1$ ، $ح_2$ ، ... $ح_n$ رموز لأحجام الجسيمات .

$$(1) \quad \frac{ح_1 + ح_2 + \dots + ح_n}{ع} = \text{فإن متوسط حجم الجسيمات}$$

$$\text{ويكون} \quad ق_1 = \frac{ق_2 - ق_1}{ك} ، \text{ وهذا مقدار متناهي في الصفر}$$

$$\therefore ك = \frac{ق_2 - ق_1}{ق_1 س}$$

وبالتعويض في (١) ينتج أن :

$$ق_1 س = \frac{(ح_1 + ح_2 + \dots + ح_n)}{ق_2 - ق_1}$$

ولما كان حجم الكرة دالة على قطرها .

$$\therefore \text{ح} = \text{دالة (س)} = \frac{1}{6} \pi s^3$$

$$\text{أى } \left(\frac{1}{6} \pi q_1^3 + \frac{1}{6} \pi q_2^3 + \frac{1}{6} \pi q_3^3 + \dots + \frac{1}{6} \pi q_n^3 \right) \text{ قس}$$

$$\frac{\quad}{q_2 - q_1}$$

$$\text{وبالتكامل يكون متوسط الحجم} = \frac{\pi}{6} \frac{q_1^3 - q_2^3}{q_2 - q_1}$$

$$= \frac{\pi}{6} \left(\frac{q_1^3 - q_2^3}{q_2 - q_1} \right)$$

$$\frac{\frac{q_1^3 - q_2^3}{q_2 - q_1}}{4} \downarrow = \text{وعلى ذلك يكون متوسط القطر}$$

$$= \frac{(q_1 + q_2)(q_1^2 + q_1q_2 + q_2^2)}{4} \downarrow$$

مثال محلول :

احسب متوسط قطر جسيمات تتراوح أبعاد أقطارها بين 0.058 و 0.15 ر .

من المليمتر بتطبيق القانون السابق .

يكون متوسط قطر الجسيمات =

$$\frac{(0.15 + 0.058)(0.15^2 + 0.15 \cdot 0.058 + 0.058^2)}{4} \downarrow$$

$$\frac{(0.00022 + 0.00336) \cdot 0.73}{4} \downarrow^3 =$$

$$\frac{0.00358 \times 0.73}{4} \downarrow^3 =$$

$$\frac{0.00261}{4} \downarrow^3 =$$

$$0.000653 \downarrow^3 =$$

$$= 0.0004026 \text{ من المليمتر}$$

معامل النعومة :

اقترح كل من أبرامزودف^(١) للدلالة على نعومة الأجسام عدداً واحداً أطلق عليه اسم معامل النعومة ، وذلك بدلا من بيان نتائج التحليل الميكانيكي . ويساوى معامل النعومة متوسط أوزان نسب التحليل الميكانيكي لسلسلة من المناخل المتتالية الأرقام . وقد قدر معامل نعومة جسم بالحصول على نتائج التحليل الميكانيكي له في سلسلة مناخل تبدأ بالمنخل رقم (١٠٠) إلى ما بعد المنخل ذي ثقب

(١) أبرامزودف : تصميم مخاليط الخرسانة . تقرير معمل أبحاث مواد البناء . معهد لويس ، ولاية شيكاغو ، ١ ، ٥ ، ١٩٢١ .

قطره واحد ونصف بوصة ، ثم جمع أوزان الأجزاء المحبوزة فوق كل منخل من السلسلة المستعملة وقسم المجموع على عشرة ، وذلك كما في الجدول الآتي :

رمل خشن	رمل متوسط	المنخل (الثقب / البوصة)
١٠٠	٩١	١٠٠ +
١٠٠	٧٠	٤٨
١٠٠	٤٦	٢٨
١٠٠	٢٤	١٤
١٠٠	١٠	٨
١٠٠	٠	٤
٨٦	٠	$\frac{٣}{٨}$ بوصة
٥٠	٠	$\frac{٣}{٤}$ بوصة
٠	٠	$١\frac{١}{٢}$ بوصة
٧٣٦	٢٤١	معامل التعمرة

نعمة الطين :

قام علماء الخزف بدراسة وقياس أبعاد جسيمات وحببات الطين . واستخدموا في دراساتهم أنواع الطين المشهورة . ومن هؤلاء العلماء الذين عنوا بأمر نعمة الطين :

شوريشت :

الذي أجرى دراسات في قياس أبعاد جسيمات وحيات خمسة أنواع من الطين المنسول المنقى . واستخدم في ذلك طريقة التصوير أو غربلة الطين بالماء . وانتهى من دراسته إلى أن تلك الأنواع الخمسة تحتوي على ٦٨ — ٩٨٪ من وزنها جسيمات يقل قطرها عن ٠.١٠ ر. من المليمتر أي ١٠ ميكرونات . كذلك اتبع شوريشت^(١) طرق الترسيب في قياس أبعاد الجسيمات في تلك الأنواع الخمسة السابقة واستخرج الأبعاد في التجارب الأخيرة من العلاقة بين معدل سرعة الركود وقطر الجسيمات من تطبيق قانون استوكس . وتدل النتائج التي حصل عليها شوريشت من دراسته على تلك الأنواع على أنها تحتوي على دقائق يبلغ بعد أكبر أقطارها ٠.٠٠٠٥ ر. من المليمتر أي نصف ميكرون ، وذلك بالنسب المثوية الوزنية الآتية :

(١)	٨١٪	في حالة الطينة اللازقة الإنجليزية .
(٢)	٧٨٪	في حالة كاولين جنوب كارولينا .
(٣)	٢٨٪	في حالة كاولين جورجيا .
(٤)	٢٢٪	في حالة كاولين شمال كارولينا .
(٥)	٥٪	في حالة الطين الصيني الإنجليزي .

بليتنجر :

الذي قدر أبعاد أقطار جسيمات أربعة عشر نوعاً مختلفة من الطين مستعملاً طريقة التصوير في قياس الأبعاد . وتدل النتائج التي حصل عليها على أن تلك الأنواع تحتوي على ٤٠ — ٩٩٪ من أوزانها دقائق يبلغ أقصى بعد لأقطارها ٠.٠٠٥ ر. من المليمتر أي خمسة ميكرونات .

(١) شوريشت : جورنال جمعية الخزف الأمريكية ٣ ، ٣٥٥ : ١٩٢٠ .

بـز :

الذى وجد من دراساته على خمسة أنواع من السكاولينات أنها تحتوى على ٥٨ - ٧١ ٪ من أوزانها دقائق يبلغ أقصى أقطارها ١١.٠٠٠ ر. من المليمتر أى ١١ ر. من الميكرونات .

جـرـوم الكسندر :

الذى اعتمد فى دراساته فى تقدير نعومة الطين على خاصته الغروية ، فقدر أبعاد دقائقه بتتبع حركتها بواسطة الأتراميكروسكوب . وقد وجد من تجاربه أن جميع الدقائق المنتشرة فى حالة حركة ما بين النشطة والبطيئة .

برادفيلد :

الذى استخدم فى قياس أبعاد جسيمات الطين عمليات الفرز بالآلات الطاردة . وقد أجرى دراساته على عينات من طين ميشورى اللازب . وكانت نتائج دراساته برادفيلد كالتالى :

٢٠ ٪ وزناً دقائق تتراوح أبعادها بين ١٢ - ٤٠ ميكرونًا .

٥٠ ٪ وزناً دقائق تقل أقطارها عن الميكرون .

الخلاصة :

يستخلص من نتائج البحوث السابقة على أن الطين فى مجمله متكون من جسيمات مع قليل من حبات خشنة ، وأن هذه الجسيمات تحتوى على نسب متفاوتة

من الدقائق ، وأن نسبة تلك الجسيمات في أنواع الطين التي أجريت عليها
البحوث السابقة تتراوح بين ٤٠ - ٩٩٪ منها ٥ - ٨١٪ ما هو في حجم
الدقائق .

مسائل

١ - احسب المعاملات السطحية القياسية لجسم ثقله النوعى ٢٦٥ من
البيانات الآتية :

(أ)		(ب)		(ج)	
متوسط القطر	النسبة٪	متوسط القطر	النسبة٪	متوسط القطر	النسبة٪
٠.١٧٦	١٢.٠٥	٠.١٧٧٨	٠.١٩	٢.٠٠	٣٨.٦٠
٠.١٣٤	٧.٤٠	٠.١١٤٤	٠.٩٠	٠.٥٦٦	٧.٠٨
٠.١٠٠	١.٦٥	٠.٢٧٦	٤.٤٨	٠.١٧٨	٠.٦٥
٠.٠٦٢	١٠.٩٠	٠.٢١٧	١.٦٩	٠.١١٤	٥.٨٠
٠.٠٤٣	٦٨.٠٠	٠.٢٠٨	٣.٦٦	٠.٣١٥	١١.٨٥
		٠.٠٧٣	٣٢.٣٠	٠.٢١٠	٥.٧٨
		٠.٠٤٦	٥٦.٨٠	٠.١١٢	٧.٩٤
				٠.٠٠٧٠	٥.٧٠
				٠.٠٠٤٤	١٧.١٥

٢ - احسب انعاملات السطحية القياسية لجسم ثقله النوعى ٢٣٤ من

البيانات الآتية :

(أ)		(ب)		(ج)	
متوسط القطر	النسبة %	متوسط القطر	النسبة %	متوسط القطر	النسبة %
٢٠٠	١٤٥٠	٥٦٦٠	٩٠	٥٦٦	٩٥
٥٦٦	١٤٤٠	١٧٨	٦٦	١٧٨	٣٠
١٧٨	٢١٢	١١٤	٤٢٠	١١٤	٦٥
١١٤٤	٣٩١	٣٢٥	٢٦٢	٢٣١	١٥٠
٢٨٠	١٠٨٨	٢٢٨	٢٩٤	١٢٢	٢٠٠
١٨٧	٥٦٠	١٢١	١٠٥٠	٩٦	٣٠٠
١١١	١٠٩٥	٦٢	١٤١٣	٦٦	٥٥٠
٧٧	١٦٩٠	١٢	٦٤٤٠	٤٢	٩٨٥٥٠
٥٣	٢٠٧٠				

٣ - احسب متوسط أقطار كل من الأجسام المحجوزة بين كل من

المنخلين القياسيين الآتين :

(أ) ١٠ - ١٢ (د) ٤٠ - ٨٠

(ب) ١٨ - ٢٠ (هـ) ١٠٠ - ١٢٠

(ج) ٢٠ - ٣٠ (و) ٢٠٠ - ٢٣٠

٤ - عدل نسبة مكونات خلطات الفخار الإنجليزي الآتية بحيث تتفق

مع درجات نقاء انحامات المستعملة لتكوينها :

المكونات	نسبة الخلطات					
	١	٢	٣	٤	٥	٦
طينة لازقة زرقاء	٤٧	٤٣	٣١	٢٤	٢١	١٨
طين صيني	٢٤	٢٤	٣٦	٢٧	٢٨	٤٣
زلط	٢٢	٢٣	٢١	٣٦	٣٨	٢٤
بجائيت	٧	١٠	١٢	١٣	١٣	١٥

ويبين الجدول الآتي ثناء المكونات المستعملة في تكوين الخلطات السابقة :

خامات المكونات	ثناء المكونات			
	كولين	فلسبار	كوارتز	زلط
طينة لازقة زرقاء	٩٠	٦	—	٤
طين صيني	٩٤	—	—	٦
بجائيت	—	٩٠	١٠	—

٥ — إذا كانت نسبة الرطوبة في الخامات الآتية هي :

الاسبار ٢ %

الزلط ١٠ %

الطين ٦ %

الباب السادس

(١) الخاصية الفروية

اشتقت كلمة غروي من الغراء ، كاشتقاق الكلمة الفرنسية من الأصل الإغريقي للغراء أيضاً .

وعرف بانكروفت الخاصية الفروية تعريفاً عاماً بأنها الحالة المتناهية في الدقة ، كما عرف الكيمياء الفروية بالكيمياء المتعلقة بدراسة هذه الحالات المتناهية في الدقة كالفقايع والقطيرات والدقائق والشعيرات والأغشية ، تلك الحالات التي تشترك في بعد أو أكثر متناه في الدقة .

تعريف الخاصية الفروية :

الخاصة أو الحالة الفروية هي حالة انتشار دقائق مادة نتيجة لدقة حجمها دقة يبلغ فيها قطر الدقيقة منها ما بين 10^{-4} — 10^{-7} من السنتيمتر أي ما يعادل الميكررون إلى المليميكررون .

(١) أوسوالد : الكيمياء الفروية .

بانكروفت : نظرية الكيمياء الفروية التطبيقية . جبروم ألكسندر . الكيمياء الفروية .

هاتشك : طبيعة وكيمياء المواد الفروية .

ذلك لأنه عندما يبلغ جسم دقة الأبعاد المذكورة ينعدم تأثير الجاذبية الأرضية عليه، وذلك حسب قانون نيوتن في الجاذبية ، ويظل سابحاً منتشراً في وسطه .

أنواع الحالات الغروية :

تتكون الخاصة الغروية من وجود دقائق تمثل « حالة الانتشار » تقابل المواد المذابة في المحاليل الحقيقية ، منتشرة في « وسط انتشار » يقابل المذيب في المحاليل الحقيقية .

وينتج عن اختلاف حالات كل من حالة الانتشار ووسط الانتشار أنواع الحالات الغروية الآتية :

نوع الحالة الغروية	حالة الانتشار	حالة وسط الانتشار
(١) الضباب	سائلة	غازية
(٢) الدخان	صلبة	غازية
(٣) الرغوة	غازية	سائلة
(٤) المستحلب	سائلة	سائلة
(٥) الهلام	سائلة	صلبة
(٦) المحلول الغروي	صلبة	سائلة

المحلول الغروي وأنواع المحاليل الأخرى :

وهو حالة غروية ناتجة عن انتشار دقائق صلبة في وسط سائل ، وذلك مثل زلال البيض ومحلول الصمغ العربي .

ويختلف المحلول الغروي عن المحلول الحقيقي في أن الثاني ناتج عن اختفاء
جزيئات المادة التي تقل عن المليميكرون في المسافات البينية لجزيئات
المذيب ، وذلك مثل محاليل السكر وملح الطعام في الماء، أما في حالة الجزيئات
الكبيرة التي تزيد في حجمها على المليميكرون مثل جزيئات النشا والسليولوز
فإنها لا تكون مع مذيباتها محاليل حقيقية بل محاليل غروية . كذلك تختلف
المحاليل الغروية عن المحاليل الحقيقية في كون الثانية متجانسة تمرر الأشعة
الضوئية دون تشتتها ، أما الأولى فتسبب تشتت الأشعة الضوئية عند
مرورها فيها .

ومن ناحية ثالثة تختلف المحاليل الغروية عن المحاليل الحقيقية في أن الثانية
تنفذ خلال الأغشية شبه المنفذة كورق السولوفان وغشاء المثانة، في حين أن
الأولى لا تنفذ من تلك الأغشية ، ومن جهة أخرى تشترك المحاليل الغروية
مع المحاليل الحقيقية في اختفاء كل من المذاب أو حالة الانتشار في المذيب
أو وسط الانتشار دون أن تترسب تحت تأثير الجاذبية الأرضية .

ويختلف المحلول الغروي عن المحلول المعلق في أن الثاني ناتج عن تعلق
حبيبات مادة صلبة تزيد في قطرها على الميكررون وتقل عن ٥٠ ميكرونا ،
في وسط سائل ، ومثل المحاليل المعلقة لبن الجير . كذلك تختلف المحاليل
الغروية عن المحاليل المعلقة في كون الثانية غير دائمة تترسب حبيباتها بعد فترة
تحت تأثير الجاذبية الأرضية ، وفي إمكان رؤية حبيباتها بالعين المجردة .
وتتشترك المحاليل الغروية مع المحاليل المعلقة في خاصة تشتت الأشعة الضوئية
المارة خلالها ، كذلك تشترك في عدم نفاذ جسيمات كل منهما خلال الأغشية
شبه المنفذة .

سوائل وسط الانتشار :

الماء هو أكثر السوائل المستعملة كوسط انتشار في المحاليل الغروية ، إلا أن هناك سوائل أخرى أمكن استعمالها وسطا لانتشار بعض الدقائق ، فقد تمكن جراهام من استعمال الكحول وحامض الكبريتيك بدلا من الماء عند تهيم حامض السيليسيك ، كذلك حضر سيرير محاليل غروية من انتشار دقائق بعض المواد في سوائل من ثاني كبريتيد الكربون والبنزول ورابع كلوريد الكربون والكحول الإيثيلي والإثير والبروموفورم وحامض الكبريتيك ، وذلك عند وجود أيون من الأيدروكسيد في المحلول الغروي . كما حضر جونسون غرويات ضعيفة من انتشار بعض الدقائق في حامض الخليك الثلجي والأمونيا والأنيلين والبنزول النطري والأسيتون والكحول والبنزول ، وقد وجد جونسون أن تلك المحاليل الغروية تقاوم الجفاف ، كما وجد أن الأمونيا هي أكثر السوائل من بين التي استعمالها ، مقاومة لفعل الجفاف . كذلك أمكن استعمال الجلسرين كوسط انتشار لبعض أنواع الدقائق . ويزيد الجلسرين من غروية المحلول ، وربما كان ذلك راجعا إلى لزوجته .

أنواع الدقائق :

تنقسم دقائق المحاليل الغروية حسب ميلها لسائل وسط الانتشار أو تنافرها منه إلى نوعين هما :

١ - دقائق ميالة لسوائل وسط الانتشار . وتسمى هذه الدقائق ميالة للماء عندما يكون الماء وسط الانتشار في المحلول .

والدقائق الميالة للسوائل من نوع الأتراميكروونات أي التي تتراوح

أقطارها بين المليميكرون وأقل من الميكرون . وتكون هذه الدقائق ذات شحنات كهربية عالية بالنسبة لوسط الانتشار . ومن مواد هذه الدقائق الصمغ العربي والنشا وزلال البيض . وتمتاز هذه الدقائق بالخواص الآتية :

(أ) من الصعب ترسيبها .

(ب) يمكنها استعادة حالتها الغروية بسهولة بعد ترسيبها .

(ج) ذات حركة نشيطة وظواهر ضوئية ضعيفة .

(د) يمكن أن تكون ذات درجات تركيز عالية جداً دون أن تترسب .

٢ — دقائق نافرة من سوائل وسط الانتشار ، ويطلق عليها اسم دقائق نافرة من الماء عندما يكون الماء وسط انتشارها في المحلول الغروي ، وهذه الدقائق من نوع الميكرونات أي التي تتراوح أقطارها بين الميكرون إلى أقل من عشرة ميكرونات . وتقرب كهربية هذه الدقائق من كهربية سائل وسط الانتشار . ومن مواد هذه الدقائق الفلزات وهاليدات الفضة والكبريت والكبريتيدات . وتتصف هذه الدقائق بالخواص الآتية :

(أ) سرعة ترسيبها .

(ب) صعوبة استعادتها لحالاتها الغروية بعد ترسيبها . بل كثيراً ما تفقد قدرتها على ذلك .

(ج) بطيئة الحركة ، قوية في ظواهرها الضوئية .

(د) لا يمكن عمل محاليل غروية مركزة منها تحتفظ بحالتها الغروية طويلاً .

ومن الدقائق ما لا تستطيع الانتشار، ويرجع ذلك إلى عدم قابليتها

للارتباط بالماء أو المجموعات الأيدروكسيانية، وذلك مثل دقائق الفلبار، وكثير من المواد الخشنة .


الخواص العامة للمحاليل الغروية :

تتشارك المحاليل الغروية في خواص ضوئية وحركية وكهربية وكيميائية عامة .

الخواص الضوئية :

المحاليل الغروية منحوتات غير متجانسة لوجود دقائقها في حالة عدم اندماج كامل مع جزيئات وسط الانتشار . ويستدل على ذلك من إمكان تتبع مسار الأشعة الضوئية التي تمر خلال المحلول الغروي ، وذلك نتيجة تشتت الأشعة بواسطة الدقائق . وتعرف ظاهرة تشتت الأشعة الضوئية عند مرورها في المحاليل الغروية بظاهرة « تندال » ، وتستعمل هذه الظاهرة في التفريق بين المحاليل الغروية والمحاليل الحقيقية التي لا تشتت الأشعة الضوئية المارة فيها . كذلك تستخدم الظاهرة في التقدير النسبي لأبعاد الدقائق في المحلول الغروي من متابعة تأثير الدقائق على تشتت الأشعة الضوئية .

ويستعمل في مشاهدة ظاهرة تندال ميكروسكوب يعرف بالألتراميكروسكوب مبين في شكل رقم (٥) ، ويستعمل في اختبار ظاهرة تندال، ويظهر لون الدقائق وتعرف طريقة الاختبار الضوئي للمحاليل الغروية بطريقة « زيموندي » نسبة إلى أول من صنع الألتراميكروسكوب ، ويستخدم الاختبار بكثرة في الدراسات البكتريولوجية .

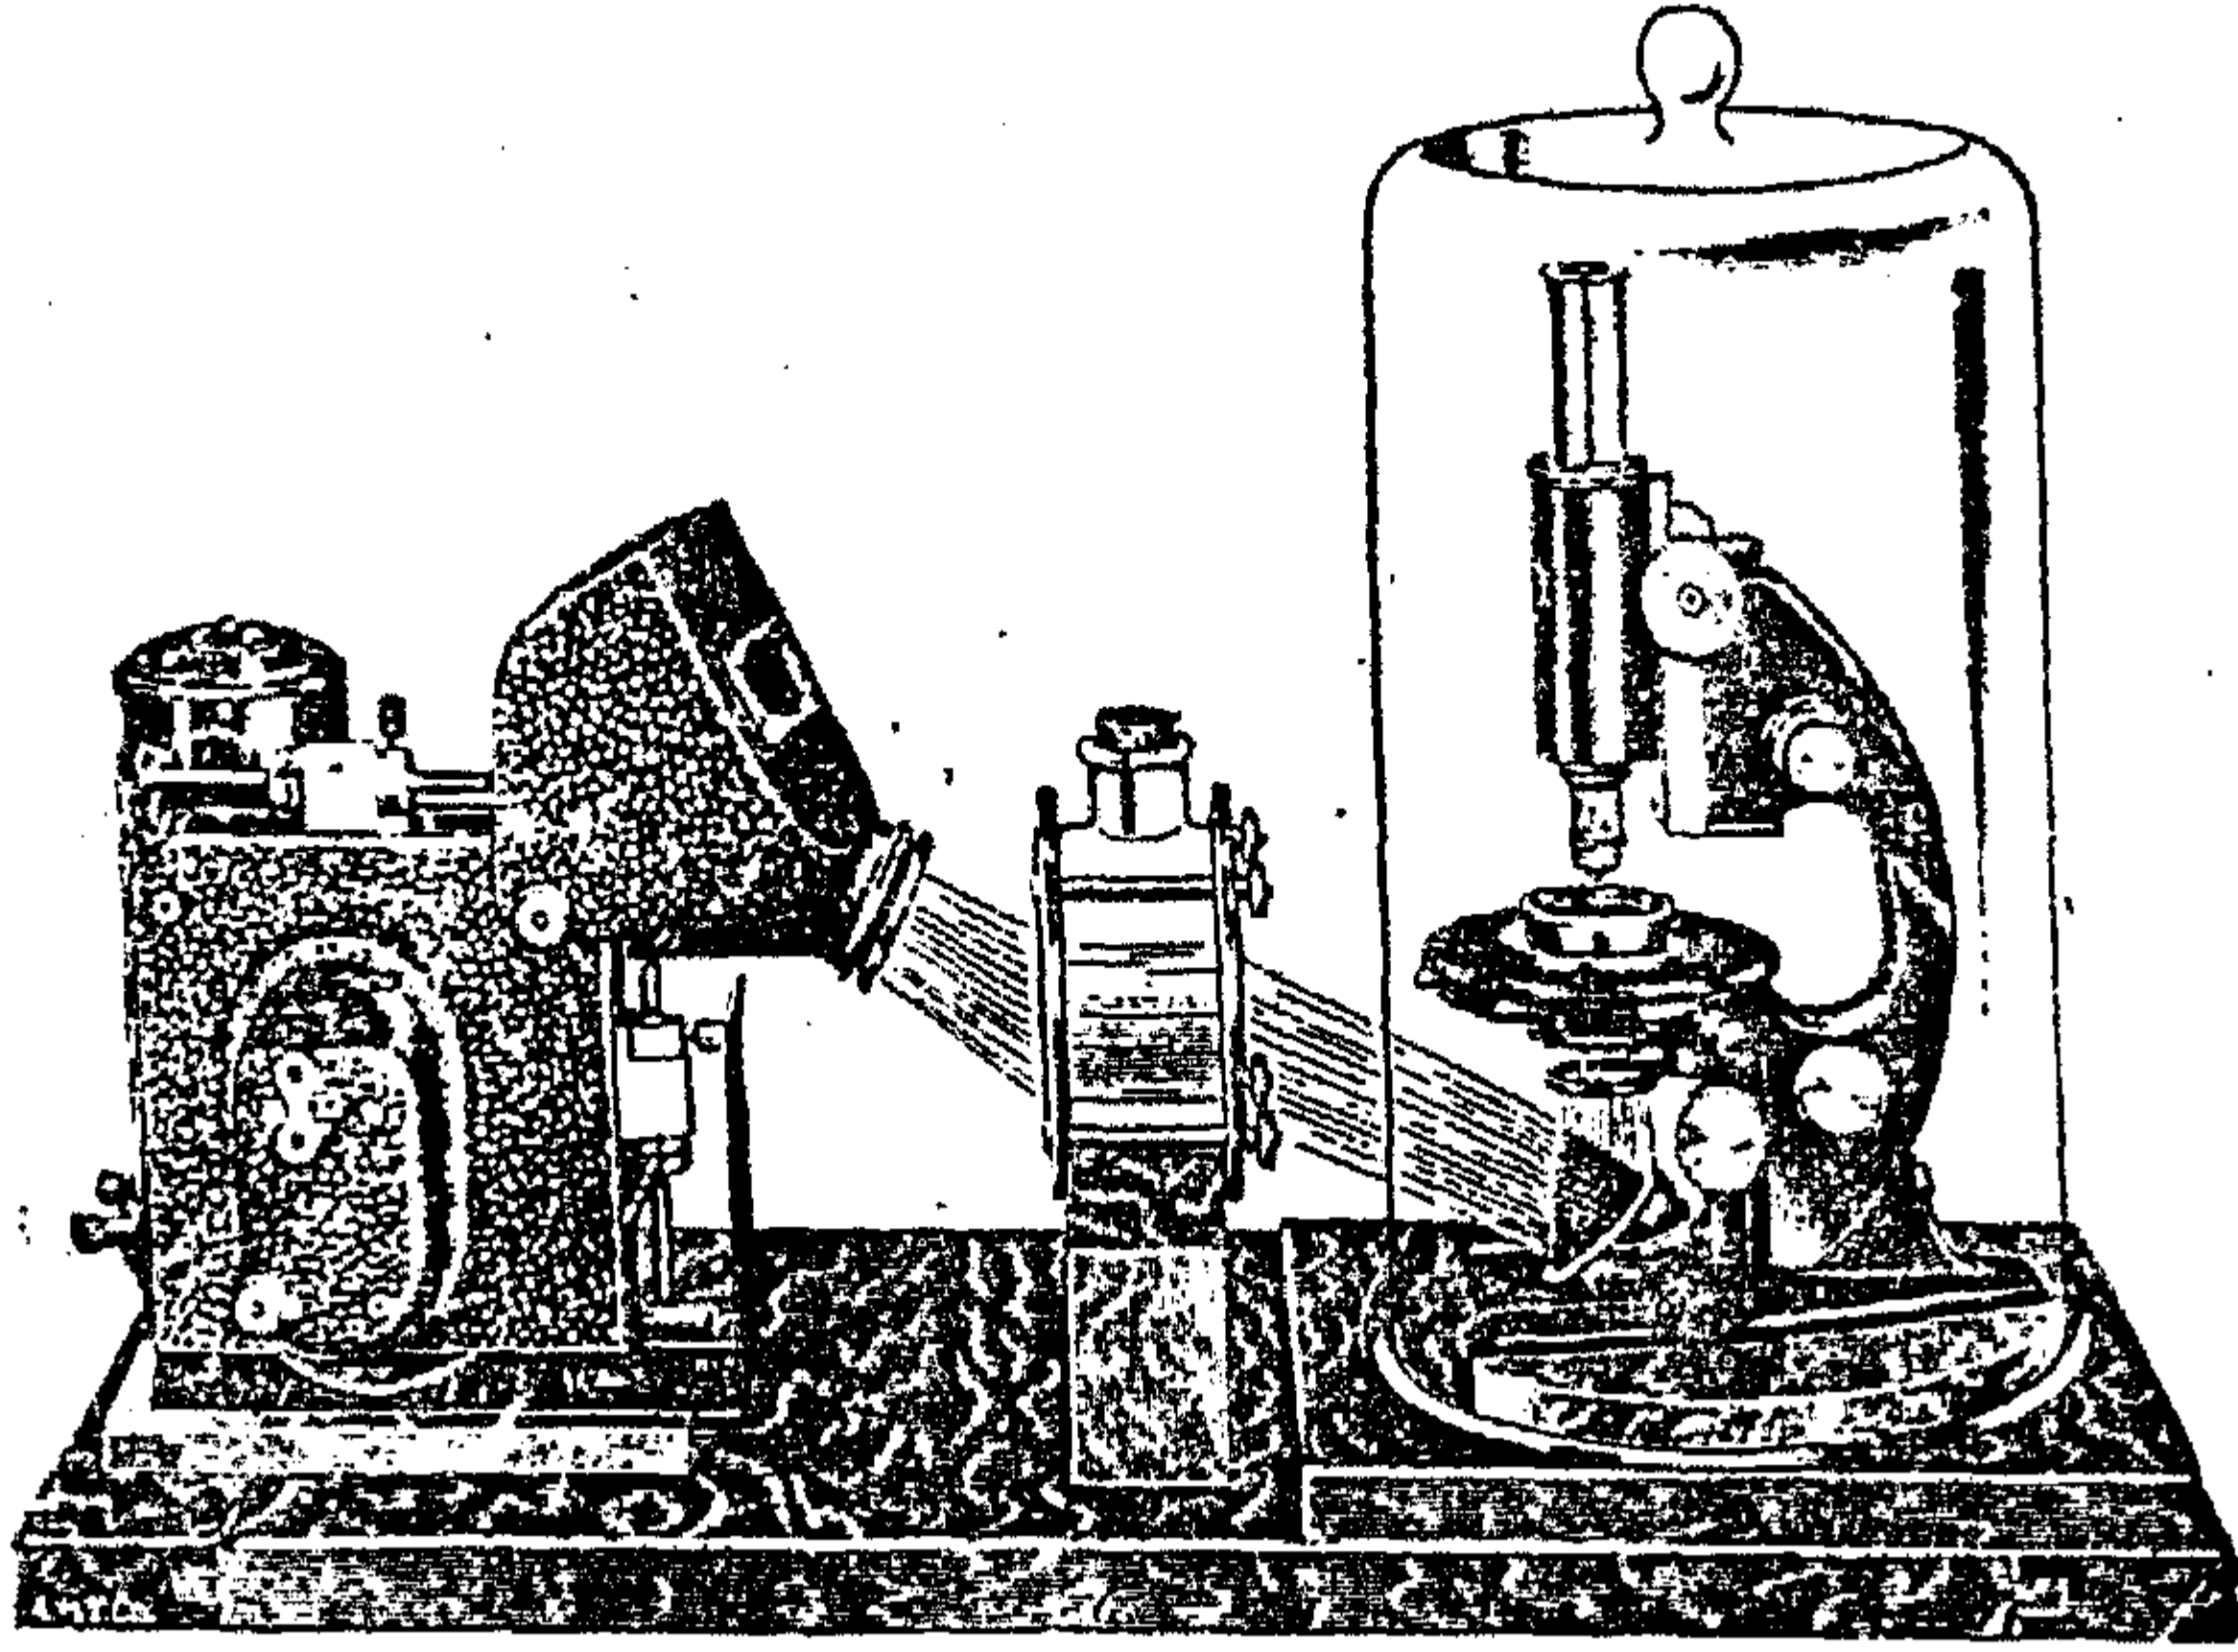

(شكل ٥)

التراميكروسكوب « تريس »

الخواص الحركية :


تتحرك دقائق المحاليل الغروية حركة دائمة نتيجة دفع جزيئات وسط الانتشار لها من ناحية ، ولتنافر بعضها من البعض لتشابه نوع شحناتها الكهربائية من ناحية أخرى . وتعرف حركة الدقائق هذه بحركة « براون » وذلك بالنسبة لمكتشفها ، ويمكن ملاحظة حركة براون بالأتراميكروسكوب وتتحرك الدقائق الصغيرة المليئة للسوائل حركة أنشط من حركة الدقائق الكبيرة النافرة للسوائل .

الخواص الكهربائية :

يعزى ثبات المحاليل الغروية إلى وجود شحنات كهربية موحدة النوع على سطح الدقائق ، ولإثبات وجود هذه الشحنات على سطح الدقائق في محلولها

الغروي تجرى تجربة انتقال الدقائق تحت تأثير قوة دافعة كهربية نحو القطب
المخالف في كهربيته لنوع شحنة تلك الدقائق ، وتعرف خاصة انتقال الدقائق
هذه « بتأثير الجذب الكهربي » .

وتستخدم عدة أجهزة لإثبات وجود شحنات كهربية موحدة على دقائق
المجالييل الغروية ، وتعمل هذه الأجهزة لتقدير نوع الشحنة وسرعة انتقال
الدقائق في الأوساط المختلفة . ومن هذه الأجهزة جهاز تأثير الجذب الكهربي
لنورثروب وكوينتيز البين في شكل رقم (٦) .

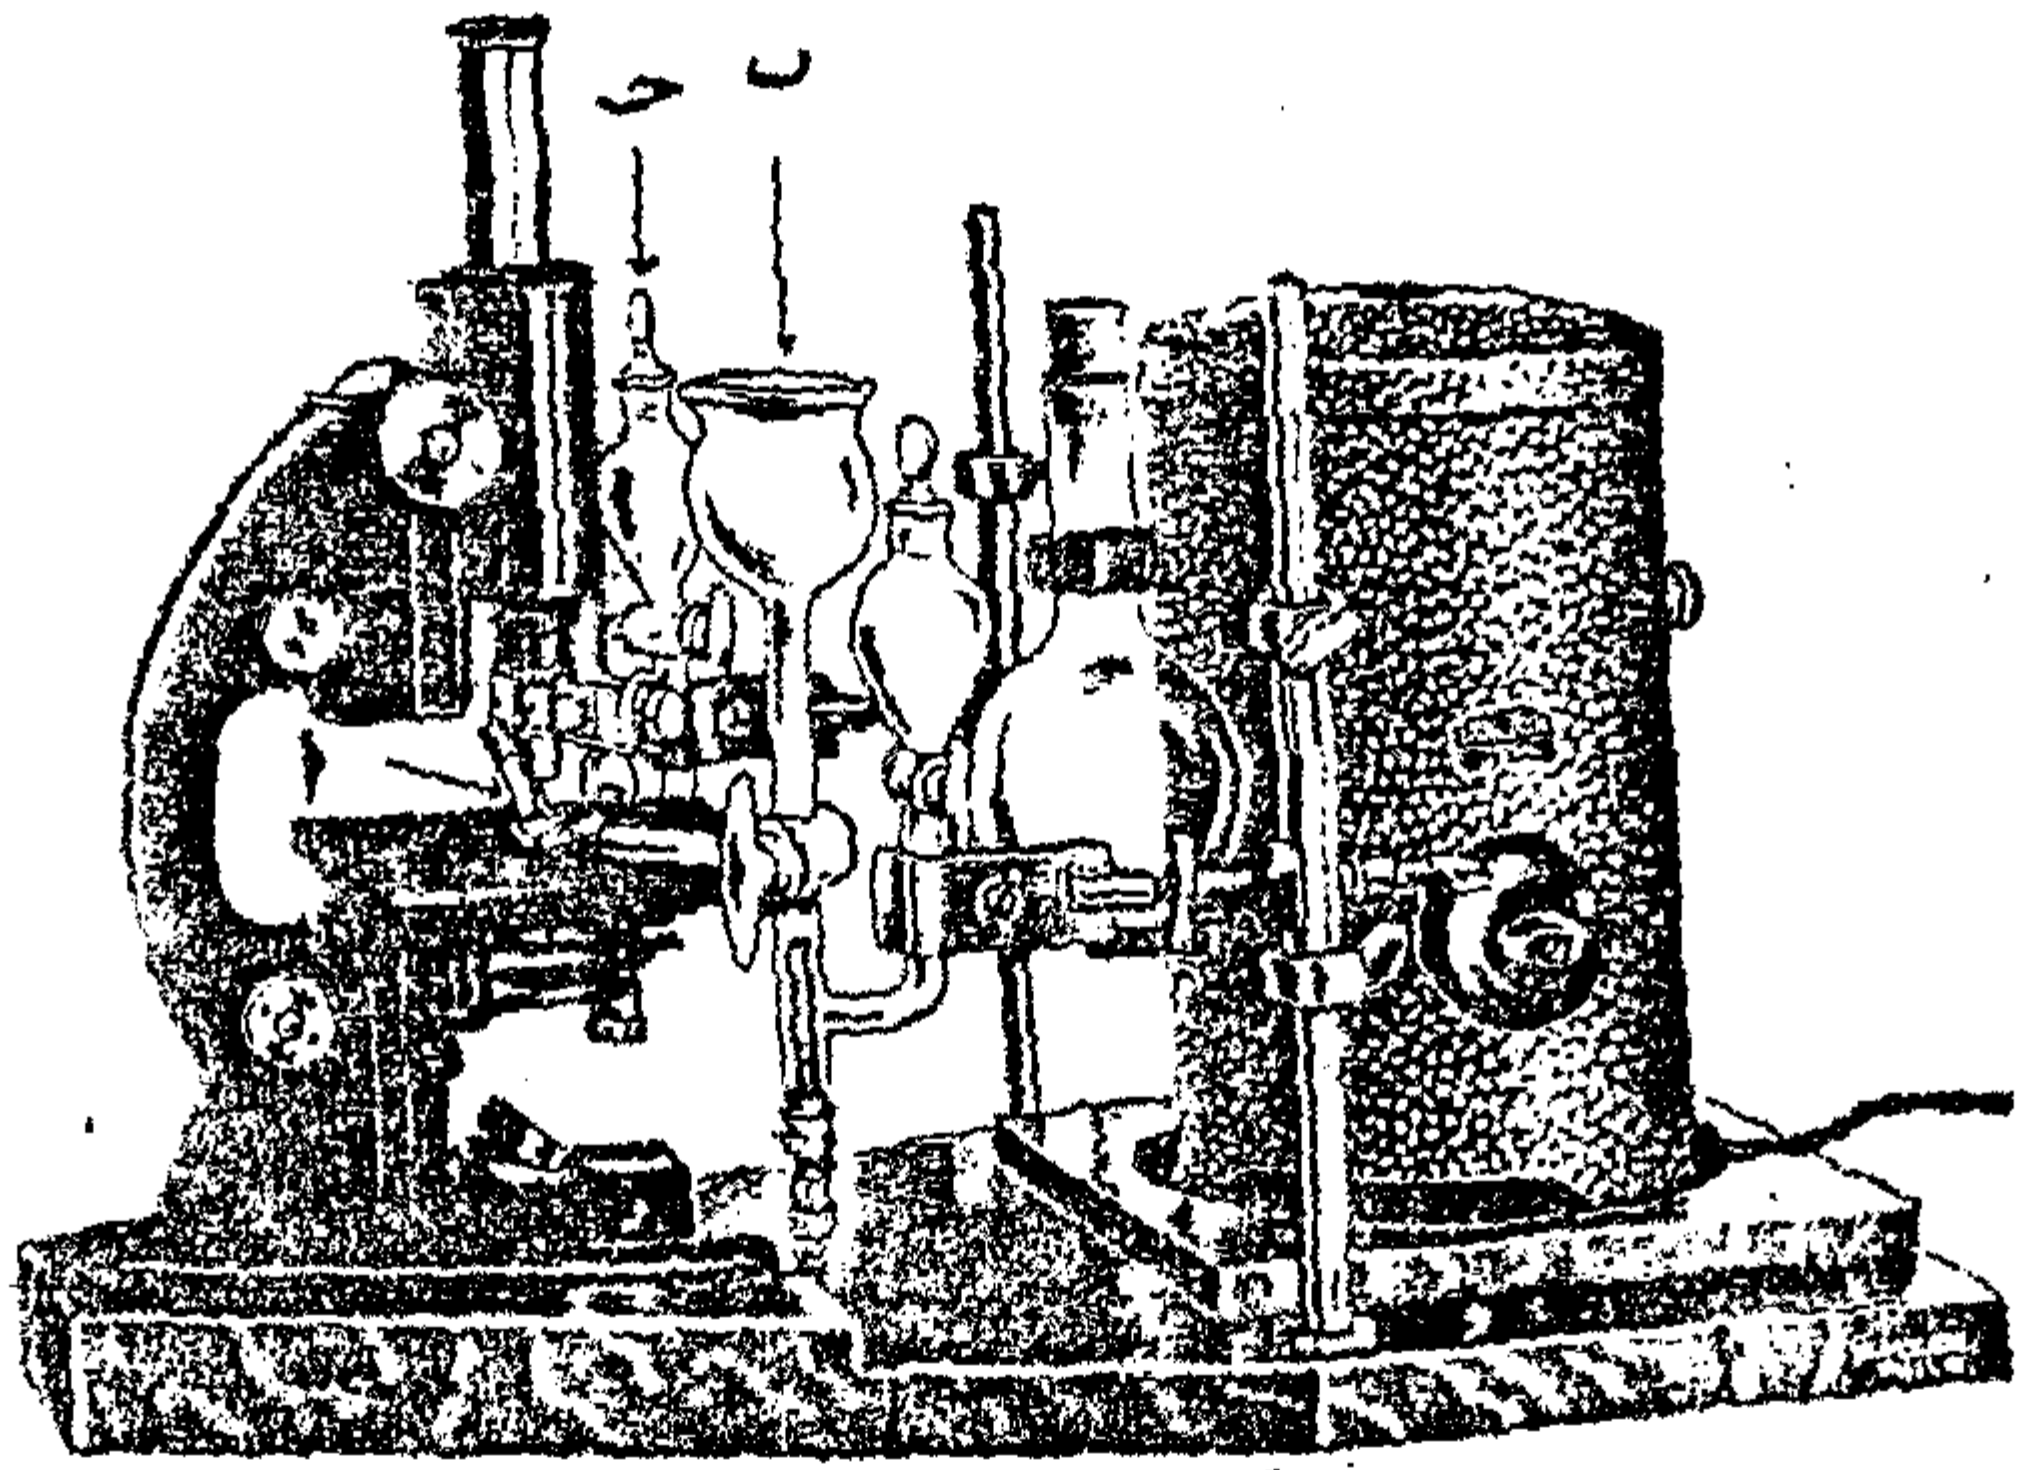

(شكل ٦)

جهاز تأثير الجذب الكهربي « نورثروب وكوينتيز »

ويتكون الجهاز من خلية الجذب الكهربي (أ) وفيها يحدث انتقال
الدقائق إما إلى قطب من الصارصين النقي (ب) متصل بقطب الدائرة الكهربية
الموجب وذلك في حالة الدقائق ذات الشحنات الكهربية السالبة ، وإما إلى

قطب آخر من الخارصين النقي (ج) متصل بقطب الدائرة الكهربية السالب، وذلك في حالة الدقائق ذات الشحنات الكهربية الموجبة . ويلاحظ الانتقال واتجاهه في التجربة بواسطة ميكروسكوب توضع أنابيب خلية الجذب الكهربي في مجاله . كذلك تقدر سرعة انتقال الدقائق في الاختبار، وبضوء الميكروسكوب وكذلك الخلية بأشعة ضوئية مولدة من مصباح كهربي في الطرف الآخر من الجهاز ، وتمر الأشعة في طريقها إلى مرآة الميكروسكوب في زجاجة مملوءة بمحلول بي كرومات البوتاسيوم لتفتيتها .

وهناك نوعان من انتقال الدقائق ، وذلك حسب اتجاه سيرها ونوع شحنتها الكهربية ، وهذان النوعان هما :

(١) الجذب الكهربي المهبطي ، وذلك في حالة اتجاه الدقائق موجبة الشحنة نحو المهبط .

(٢) الجذب الكهربي المصعدي ، وذلك في حالة اتجاه الدقائق سالبة الشحنة نحو المصعد .

ومن أمثلة الدقائق ذات الشحنات السالبة دقائق مواد السيليكا وحامض السيليسيك والكبريت والكبريتيدات والفلزات — وكذلك جميع دقائق المواد العضوية مثل الصمغ العربي والنشا وزلال البيض والجمالكة .

ومن أمثلة الدقائق ذات الشحنات الموجبة دقائق الأيدروكسيدات مثل أيدروكسيد الحديدك وأيدروكسيد الألومنيوم .

وشحنات الدقائق معرضة للتغير في نوعها تحت تأثير بعض العوامل وحسب نوع الأيونات الموجودة في وسط الانتشار عند تكوين تلك الدقائق .

وتتوقف خاصة تأثير الجذب الكهربى على فرق الجهد بين ثبات العزل الكهربى للماء أو سائل وسط الانتشار وبين شحنة الدقائق . فقد لوحظ أن هناك من الدقائق ما لا ينتقل تحت تأثير القوة الدافعة الكهربائية ، وذلك لعدم وجود فرق الجهد المشار إليه ، وذلك كما فى حالة استعمال سوائل الكلوروفورم والإثير والبنزول وعطر التربنتين كوسط انتشار .

وتختلف خاصة تأثير الجذب الكهربى فى المحاليل الغروية عن الخواص الكهربائية فى المحاليل الحقيقية التى تتعرض فيها المواد المذابة تحت تأثير قوة دافعة كهربية إلى عمليات التحليل الكهربى التى تفكك فيها المادة إلى عدد متساو من الأيونات الموجبة والأيونات السالبة ، حيث يتجه كل نوع من الأيونات نحو القطب المخالف لنوع شحنته فى الدائرة الكهربائية .

كذلك تختلف خاصة تأثير الجذب الكهربى فى المحاليل الغروية عن خاصة « الجذب الكهروأوزوموزى ^(١) » التى تمر فيها السوائل خلال الأغشية شبه المنفذة إلى المحاليل المركزة تحت تأثير قوة دافعة كهربية أيضاً .

مصدر شحنات الدقائق :

يفسر وجود الشحنات الكهربائية على سطح الدقائق بأحد الفروض الآتية :

(١) الاحتكاك بين الدقائق وبين وسط الانتشار . وقد استبعد هذا الفرض لعدم انطباقه على البحوث التى أجريت لإثبات صحته .


(١) رالستون : تعريفان لكلمة من خاصة الجذب الكهروأوزوموزى وخاصة تأثير الجذب الكهربى للدقائق . مجلة الهندسة الكيميائية للنترات ، ٢٧ ، (١٦) ، ٧٧٨ : ١٩٢٢ .

(٢) ادمصاص سطح الدقائق لبعض الأيونات المنتشرة في وسط الانتشار وخاصة في أثناء تكوينها . وقد أبدت البحوث صحة هذا الفرض . فقد لوحظ في أغلب حالات تكون المحاليل الغروية أن وجود كميات قليلة من المواد المتأينة لازم لتثبيت المحلول الغروي ، وأن إزالتها تماماً بالفصل الغشائي مثلاً يسبب عدم ثبات المحلول الغروي وترسيب دقائقه . ومما يثبت صحة هذا الفرض إمكان تغيير نوع شحنة دقائق المادة الواحدة في كثير من المحاليل الغروية بتغيير نوع أيونات سائل وسط الانتشار ، وذلك كما في حالة تحضير محلول غروي من يوديد الفضة مثلاً .


(٣) كذلك يمكن تفسير وجود الشحنات الكهربائية على دقائق المحاليل الغروية بفرض حدوث تفكك سطحى للدقائق ذاتها وفقد جزء منها يفقدها تعادها ويعمل على ارتباطها بوسط الانتشار . فعندما تفقد الدقائق أجزاء ذات شحنات موجبة تصبح ذات شحنات سالبة . أما الدقائق التي تفقد جزءاً سالب الشحنة فتصبح شحنات موجبة . ويؤيد هذا التفسير ما يحدث في محاليل مواد الصباغة الحامضة والقلوية . فيلاحظ أن دقائق الأصباغ الحامضة ذات شحنات سالبة وأن دقائق الأصباغ القلوية ذات شحنات موجبة . ويرجع تفسير ذلك إلى تفكك الصبغ الحامض إلى أيون الأيدروجين موجب الكهربائية والذي يسبب حموضة محلول الصبغ عند ما يترك دقائق مادة الصبغ إلى وسط الانتشار والتي تصير ذات شحنات سالبة . وقياساً على ذلك تشحن دقائق الصبغ القلوي بشحنات موجبة نتيجة لتفككها إلى أيونات الأيدروكسيد سالبة الشحنة والتي تسبب قلوية المحلول . أو قد تدمص دقائق الصبغ أيونات أيدروجين الوسط المائي فتصبح ذات شحنة موجبة وتسبب أيونات الأيدروكسيد الباقية في السائل قلويته .

تعادل المحاليل الغروية :

لما كان المحلول الغروي ثابتاً في رقم الأيدروجيني، فقد فسر «هلمهولتز» تعادل دقائق المحلول ذات الشحنة الكهربية بفرض وجود طبقة من الأيونات ذات الشحنة المخالفة لشحنة الدقائق في النوع، تحيط بالدقائق وتكون مساوية لها في القدار. ومصدر تلك الشحنات هو وسط الانتشار. وأطلق على الطبقتين من الشحنات اسم «طبقتا هلمهولتز» ومن العوامل التي تزيد من شحنة الدقائق إضافة مواد مماثلة لها في الشحنة كأيونات بعض المواد كما في شكل (٧).

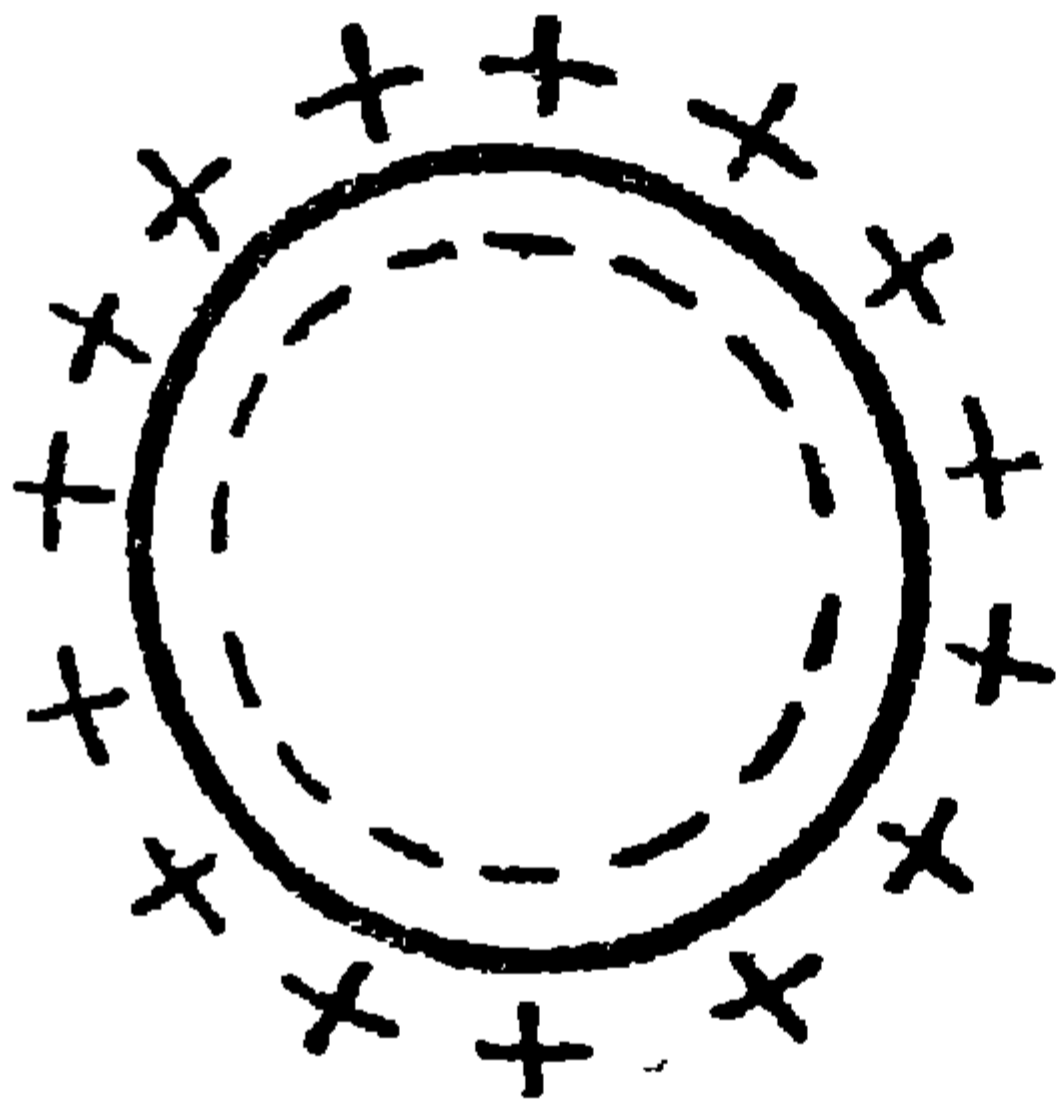

دقيقة موجبة

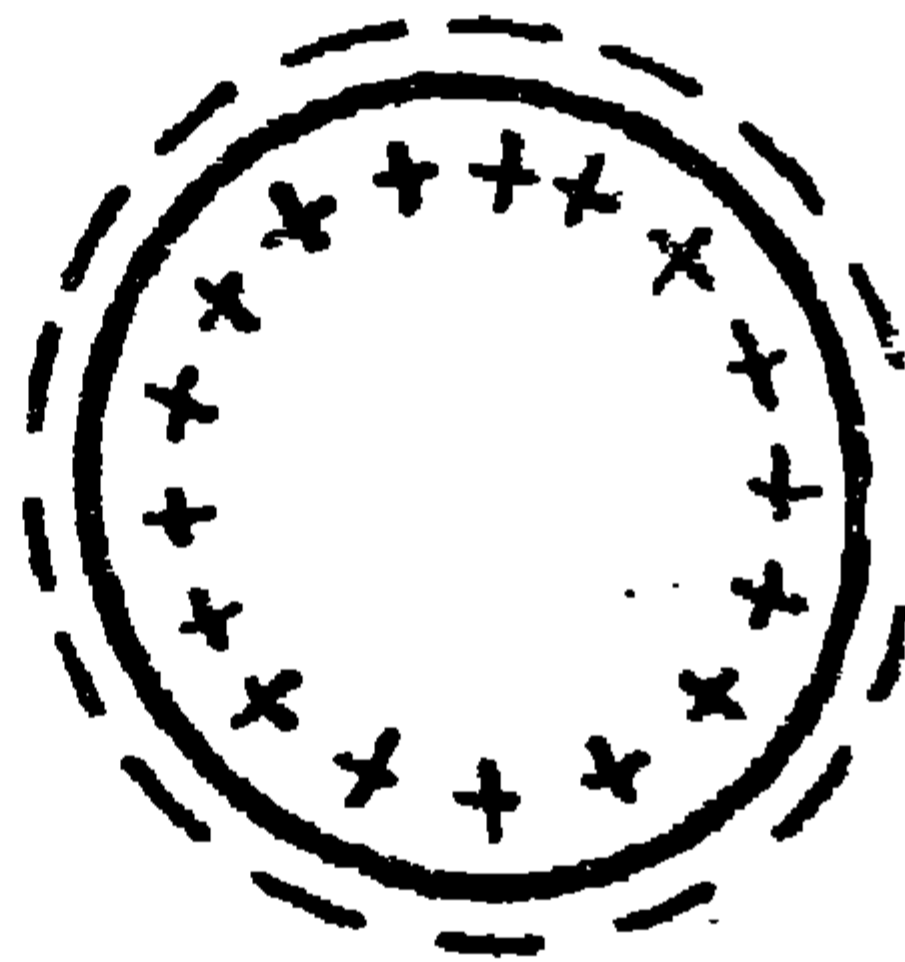

دقيقة سالبة

(شكل ٧)

طبقتا هلمهولتز

الخواص الكيميائية :

الحالات الغروية خاصة طبيعية ميكانيكية لا تتعلق بالناحية الكيميائية، فلا تظهر المحاليل الغروية خواص موادها ولا تفاعلاتها الكيميائية وهي في حالاتها الغروية. كذلك تحتفظ المحاليل الغروية برقمها الأيدروجيني طالما ظلت في حالتها الغروية. وأي تغير في الرقم الأيدروجيني للمحلول الغروي يغير من خواصه الغروية وربما أفقده خاصيته.

تحضير المحاليل الغروية :

تكون بعض المواد محاليل غروية بتركها أو بتقليبها أو بمجرد تسخينها تسخيناً بسيطاً في وسط انتشار مناسب لها . وذلك كما في عمل محاليل غروية من مواد الجيلاتين أو النشا أو السيلولوز في الماء ، كذلك يكون اللطاط الطبيعي في البنزين محلولاً غروبياً . ويرجع السبب في ذلك إلى أن جزيئات هذه المواد في حجم الدقائق ، وأنها عند إذابتها في مذيب مناسب تتفكك كتلها إلى جزيئات غروية . وتحدث هذه الحالة في الدقائق الأتراميكرونية الميالة للسوائل .

أما المواد ذات الدقائق الميكرونية النافرة من السوائل فتحتاج إلى تفتيت لتصل إلى حجم دقائقها . ولما كانت أحجام الدقائق وسطاً بين أحكام الجزيئات وأحجام الحبيبات، لذلك تجهز المحاليل الغروية للمواد بصفة عامة بطريقتين أساسيتين هما .

١ — طرق التفتيت : وفيها تفتت الأجسام إلى أن تصل إلى أبعاد الدقائق .

٢ — طرق التكثيف أو التجميع : وفيها تتكثف الجزيئات لتصبح في نطاق أبعاد الدقائق .

طرق التفتيت

وتستخدم الوسائل الآتية لتفتيت الأجسام إلى دقائق .

الطريقة الميكانيكية . وفيها يفتت جسم المادة بطحنه مع وسط الانتشار

في الطواحين الفروية كطواحين اللي مثلًا ، وذلك كافي حالة تجهيز محلول الكوارتز الفروي .

استعمال الموجات فوق السمعية :


الموجات فوق السمعية موجات صوتية لا تسمعها الأذن البشرية لعل وتردها وتستخدم هذه الموجات حديثاً في تقطيت أجسام المواد إلى دقائقها . وتعتبر هذه العملية من عمليات الطرق الميكانيكية . وأكثر ما تستعمل فيه هذه الطريقة الأعمال الضيقة .

الطريقة الكهربائية :

وفيها يحدث التفطيت نتيجة إمرار تيار كهربائي عالي الضغط محدثاً حرارة كهربائية على هيئة قوس بين قطبين من المادة المطلوب الحصول على محلولها الفروي . فيحدث أن تتطاير جزيئات طرفي القطبين من هذه الحرارة وعلو الضغط الكهربائي . ثم تعود تلك الجزيئات وتتكثف على هيئة دقائق ، وعلى ذلك تجمع هذه الطريقة بين عمليتي التفطيت والتكثيف . وتستخدم الطريقة الكهربائية في تجهيز محاليل الفلزات الفروية كما في شكل رقم ٨ .

استعمال العوامل المجزئة :

تعتمد هذه الطريقة على تفكيك المادة إلى دقائق بواسطة إضافة عوامل لها قدرة تقطيت وتجزئة أجسام هذه المواد . وللأهم العوامل المجزئة للمواد ذات الدقائق الميالة له مثل الصمغ ، وذلك بجانب كونه وسطاً لانتشار الدقائق المتكونة .

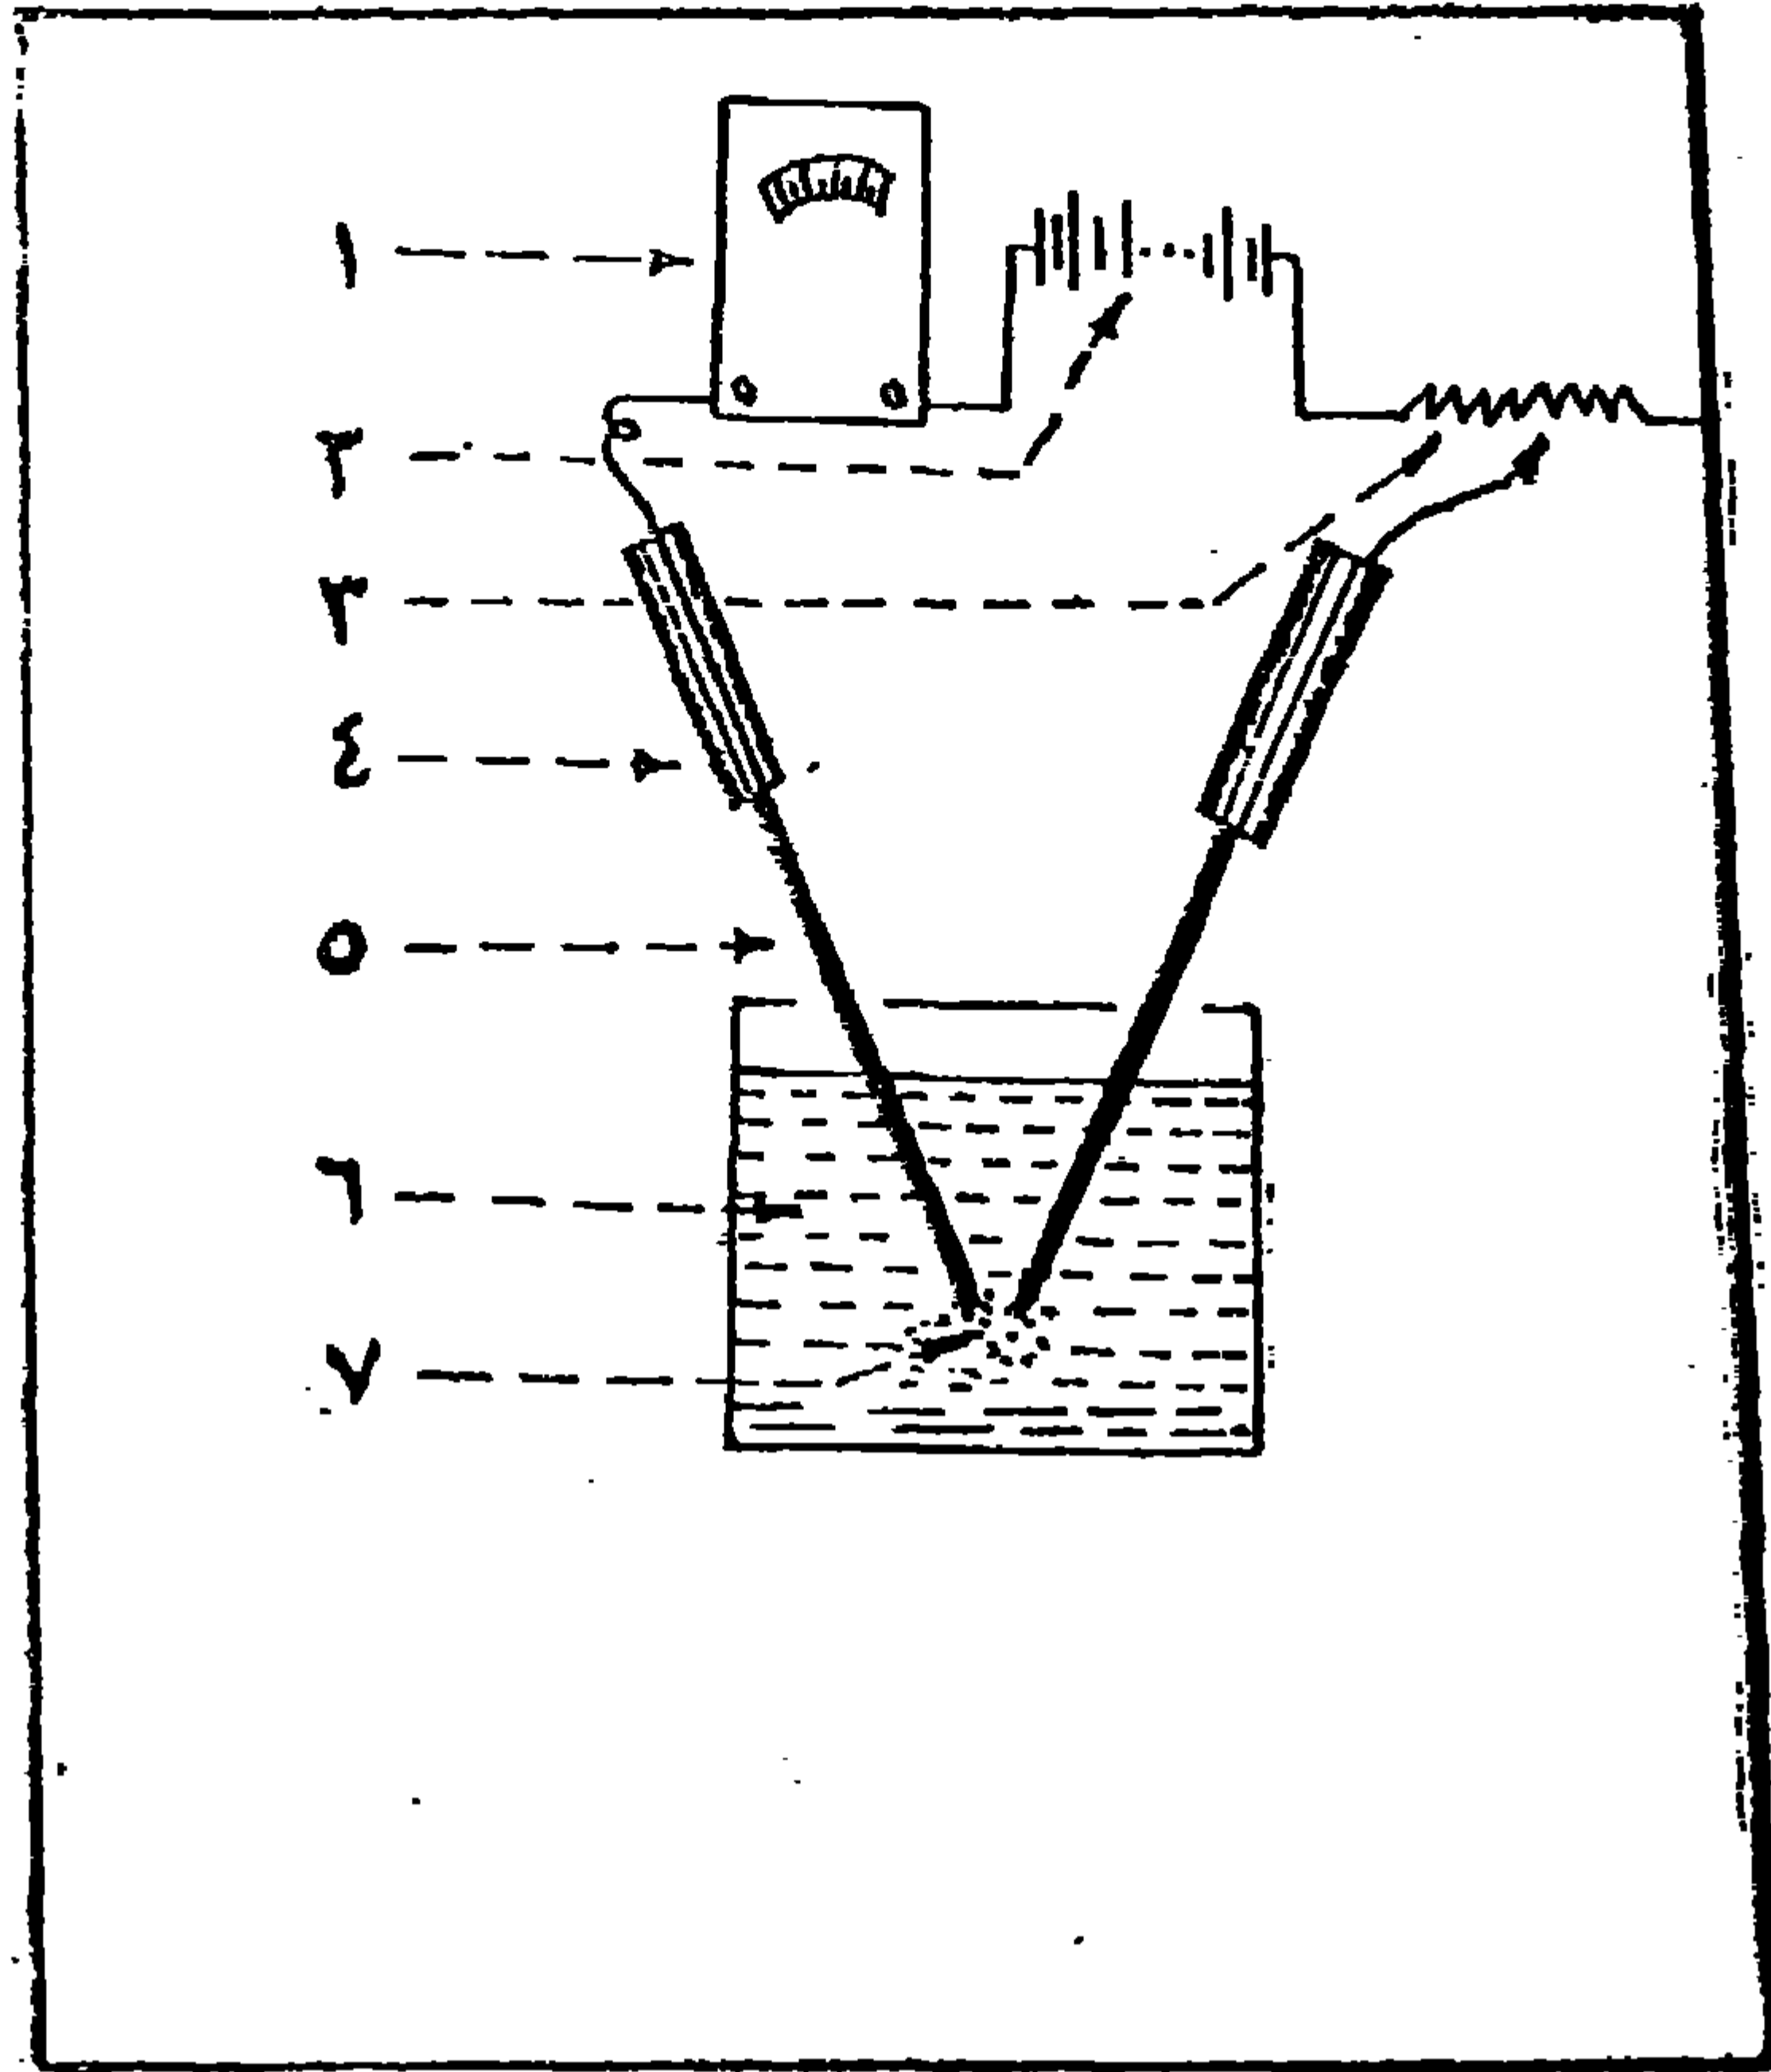

(شكل ٨)

جهاز تحضير محلول غروي بالطريقة الكهربية

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (١) أميتر . | (٢) بطارية . |
| (٣) مقاومة متغيرة . | (٤) مقبض عازل . |
| (٥) ساق الفلز . | (٦) ماء . |
| (٧) فوس كهربي . | |

كذلك تعمل محاليل الأيدروكسيدات الخفيفة على تجزئة بعض المواد إلى دقائقها . وتضاف الأيدروكسيدات القلوية أو كربوناتها إلى مخلوط المواد مع الماء في أثناء تجهيز محاليلها الغروية ، كما في عمليات عجن الطين .

وتختلف العوامل الجزئية المستخدمة باختلاف المواد . وكقاعدة عامة يساعد وجود أيون مشترك بين العامل الجزئي وبين المادة على تكوين دقائق الأخيرة ،

فتساعد أيديروكسيدات أو كربونات الفلزات القلوية على تجزئة أيديروكسيدات
الفلزات وتكوين دقائقها، كما يعمل غاز كبريتيد الأيدروجين على تكوين دقائق
الكبريت والمواد الكبريتيدية، ويساعد أيون الكلوريد على تكوين دقائق من
كلوريد الفضة الحديث التكوين.

طرق التكثيف :


يحدث تكثيف أو تجمع الجزيئات إلى دقائق في التفاعلات الكيميائية
الآتية :

عمليات الاختزال :

تكثف جزيئات الفلزات إلى دقائق بعد اختزالها من مركباتها . ويراعى
استعمال عوامل اختزال غير متآينة مثل غاز الأيدروجين وأول أكسيد
الكربون والفوسفور الأصفر والفورمالدهيد والهيدرازين والأيدروكينون
عند ما يراد عمل محاليل غروية بهذه الطريقة .

وقد أمكن تحضير كثير من محاليل الفلزات الغروية مثل محلول كاسيوس
للذهب، ومحلول الفضة الغروي، ومحلول البلاتين الغروي عن طريق اختزال
محاليل مركباتها .

وتساعد إضافة قليل من بعض الغرويات الحافظة ، مثل محلول الصمغ
العربي على تثبيت المحاليل الغروية لهذه الفلزات . ومن التفاعلات التي تحدث
عند الاختزال تفاعل اختزال كلوريد الذهب بكلوريد القصدير عند تحضير
محلول كاسيوس :

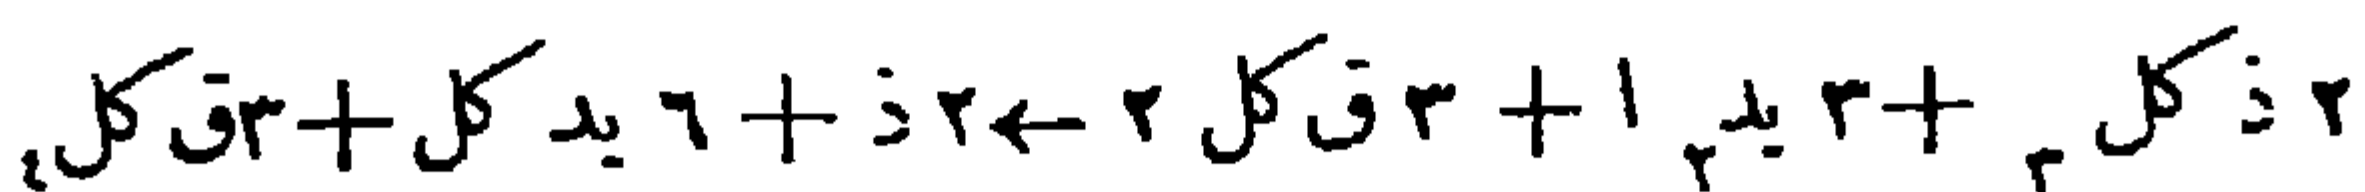

ويعادل حمض الأيدروكلوريك الناتج بإضافة مادة قلوية مثل كربونات
الماغنسيوم محلول كلوريد الذهب قبل عملية الاختزال .


عمليات الأكسدة :

تجهز محاليل بعض اللافلزات الغروية من أكسدة محاليل مركباتها حيث
تتجمع جزيئات اللافلز على هيئة دقائق بعد اختزال مركبه ، كذلك يراعى
في هذه العملية أيضاً استعمال عوامل مؤكسدة غير متأينة . ومن العوامل
المؤكسدة الكثيرة الاستعمال في هذه الطريقة غاز الأوكسيجين وغاز ثاني
أكسيد الكبريت . ومن المحاليل الغروية للافلزات المحضرة بهذه الطريقة
محلول الكبريت الغروي الذي يحضر من إمرار غاز الأوكسيجين أو غاز
ثاني أكسيد الكبريت في محلول كبريتيد الأيدروجين في الماء .



وتحدث العملية السابقة طبيعياً في مياه العيون الكبريتية عند تعرضها
لأوكسيجين الهواء ، كما هو ملاحظ في عيون حلوان الكبريتية حيث ترى مياه
العيون المناسبة في بركتها بلون اللسبن نتيجة انتشار دقائق الكبريت بعد
أكسدة كبريتيد الأيدروجين المذاب في الماء بأوكسيجين الهواء .

كذلك يحدث تكون دقائق الكبريت عند إمرار ثاني أكسيد
الكبريت في محلول كبريتيد الأيدروجين كما في التفاعل الآتي :

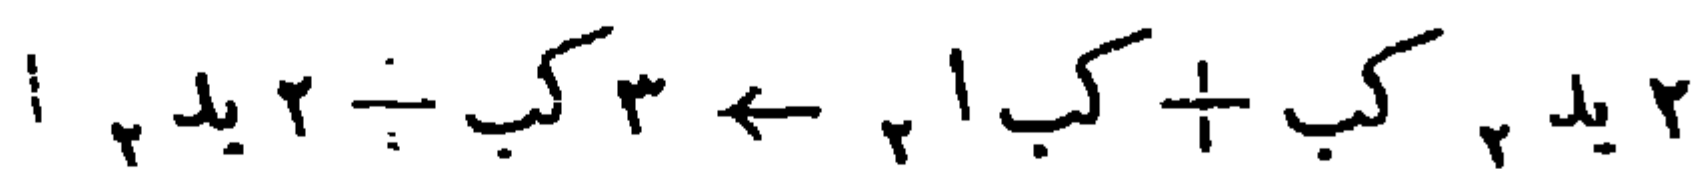

إلا أن المحلول الناتج أقل ثباتاً في غرويته من محلول الكبريت الغروي
الناتج عن أكسدة الأوكسيجين ، وذلك لزيادة تركيز الكبريت في المحلول الأخير .


ومن المشاهد عند البحث عن فترات المجموعة الثانية يترسب كبريتيداتها
بإمرار غاز كبريتيد الأيدروجين في محاليلها تكون محلول كبريت غروي
عند وجود نترات أو حامض نترك في وسط التفاعل .

كذلك يجهز محلول لافلز السيلينيوم الغروي من إمرار غاز الأكسيجين
في محلول مركب سيلينيدي .

عمليات التميؤ :

التميؤ هو تفكك الأملاح نتيجة لاتحاد الماء بمكوناتها ، وذلك باتحاد
أيون أيدروكسيد الماء بشق المادة القاعدية مكوناً أيدروكسيد الفلز واتحاد أيون
الأيدروجين بالشق الحامض مكوناً حامضاً . ولا تتكون محاليل غروية من
عمليات التميؤ إلا إذا كانت نواتج التفاعل غير قابلة للذوبان في سائل المحلول
المكون لوسط الانتشار، وذلك حتى لا تذوب النواتج وهي على هيئة جزيئات
مكونة محاليل حقيقية ويتمتع بجمع الجزيئات إلى دقائق .

كذلك يراعى عدم وجود مواد متأينة بين نواتج عملية التميؤ ومن أهم
حالات تكوين المحاليل الغروية نتيجة عمليات التميؤ هي تكوين دقائق
السيليكا المائية أو حامض السيليسيك الغروي والألومينا المائية عند تفاعل الماء
مع مادة الطين في عمليات التترنة :

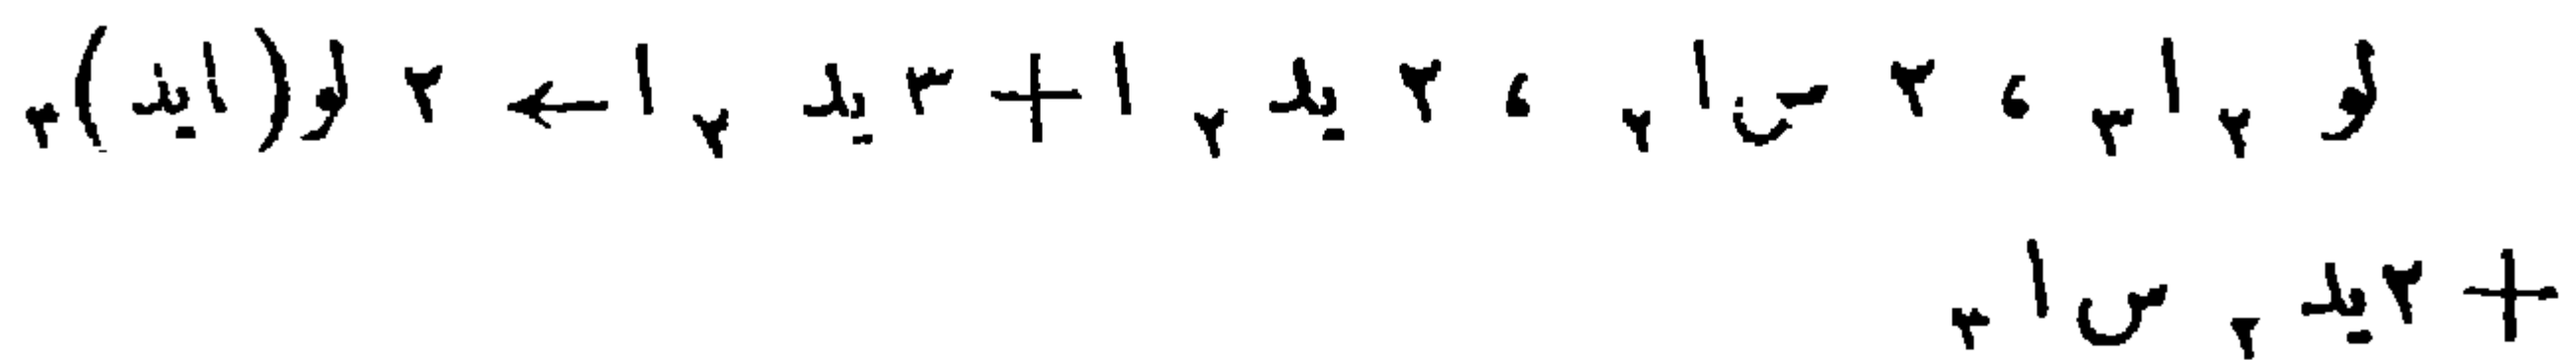

عمليات التبادل المزدوج .

وهي من العمليات الكيميائية التي يمكن الحصول بواسطتها على محاليل

غروية لبعض المركبات عندما تكون نواتج التفاعل غير قابلة للذوبان في سائل المحلول ولا تحتوي على مواد متأينة تعمل على ترسيب دقائق المركب الناتج .
ومن أمثلة المحاليل الغروية التي تحضر بهذه الطريقة محاليل هاليدات الفضة الغروية ، ومحلول كبريتيد الزئبق الغروي الناتج من إمرار غاز كبريتيد الأيدروجين في محلول سيانيد الزئبق .

يد ٢ ك ب + ← (ك ن) ٢ ← ← ك ب + ٢ يد ك ن ↑

وكذلك عند تكوين محلول كبريتيد الزرنيخوز الغروي عند إمرار غاز كبريتيد الأيدروجين في محلول زرنيخوزي .

٣ يد ٢ ك ب + ز ٢ ← ← ٣ ا ٢ ← ← ٣ ك ب + ٣ يد ٢ ا

تنقية المحاليل الغروية :

تنقى المحاليل الغروية مما يخالطها من مواد متأينة لغرض تثبيتها وعدم ترسيب دقائقها. وتجرى عمليات التنقية بواسطة الفصل الغشائي، باستعمال أغشية شبه منفذة كورق السلوفان والورق المصقول أو غيرها من الأغشية شبه المنفذة التي تسمح بنفاذ الأملاح والمواد الذائبة في المحاليل الحقيقية، ولا تسمح بنفاذ أو انتشار المحاليل الغروية . وتجرى العمليات تبعاً لخاصة اتجاه جزيئات المحاليل الحقيقية المختلطة بالمحلول الغروي إلى ما يحيط بالغشاء من ماء نقي . ويستبدل الماء بين الحين والآخر للمحافظة على وجود فرق بين التركيز العالي داخل الغشاء وبين الماء النقي خارجه حتى يستمر اتجاه المواد الذائبة نحو الماء والتمسك من إتمام فصلها عن المحلول الغروي .

التنقية بالفصل الفشائي تحت تأثير قوة دافعة كهربائية :


وفيها تعمل قوة دافعة كهربائية على الإسراع من نفاذ أيونات جزيئات المواد الذائبة في المحاليل الغروية خلال الغشاء شبه المنفذ ، نتيجة لجذب تلك الأيونات إلى قطبي الدائرة المخالفة لنوع شحناتها ، وذلك خلال طبقة من ماء تقي يفصل بين المحلول الغروي والقطب الكهربائي حتى لا يتعرض المحلول الغروي نفسه لتأثير أحد القطبين المخالف لنوع شحنات دقائقه الكهربائية فيرسبها عنده كما في شكل (٩ ، ١٠)

تنقية المحاليل الغروية بالترشيح تحت ضغط عال :

وفيها يستخدم ضغط عال يتراوح مقداره بين ١٠ — ٢٠ ضغطاً جويًا للعمل على فصل المحاليل الحقيقية عن المحلول الغروي المراد تنقيته منها ، وذلك عن طريق مسام مرشح متين الجدار كورق السولوفان أو ورق الترشيح العادي بعد تقوية أي منهما بغمسه في الكلوديون أو محلول الجيلاتين ثم غمره في محلول فورمالدهيد وغسله بعد ذلك بالماء النقي عدة مرات .

وفي الشكل رقم (١١) جهاز العملية . وبين الشكل رقم (١٢) قطاعا يبين أجزاء الجهاز الداخلية


- ١ — ترمومتر .
- ٢ — إلى مصدر الماء النقي .
- ٣ — صنبور فتحة العينات .
- ٤ — أسطوانة من الألمنيوم (الجدار الخارجي) .
- ٥ — أسطوانة من الألمنيوم (الجدار الداخلي) .

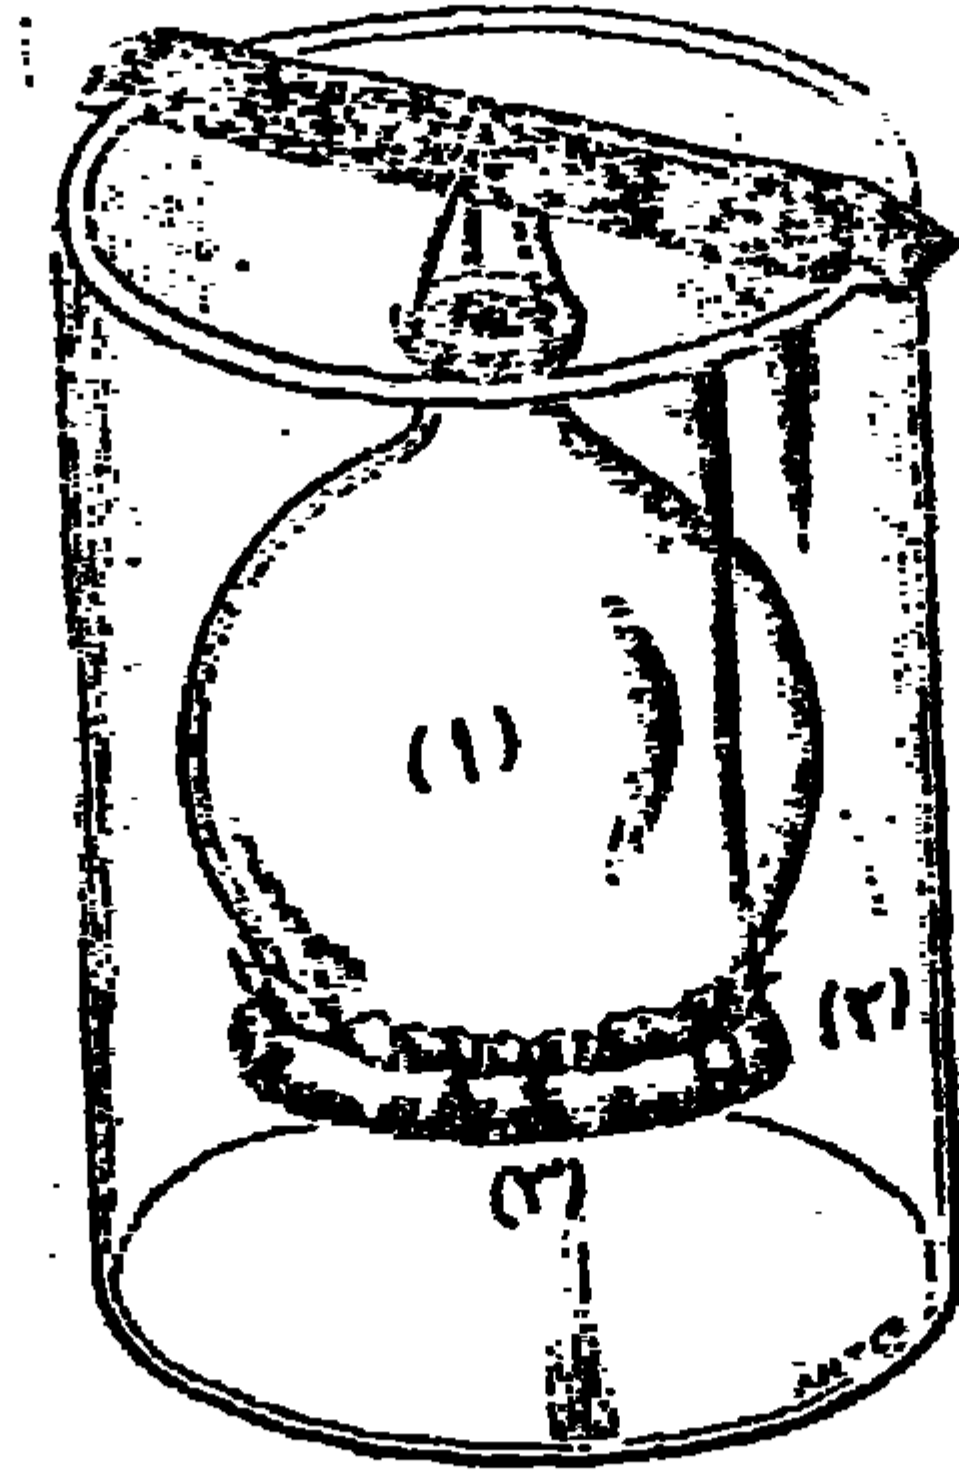

شکل (۹)

جهاز للفصل الغشائي

(۱) إناء زجاجي (۲) حوض ماء تقي غشاء شبه منفذ (۳)

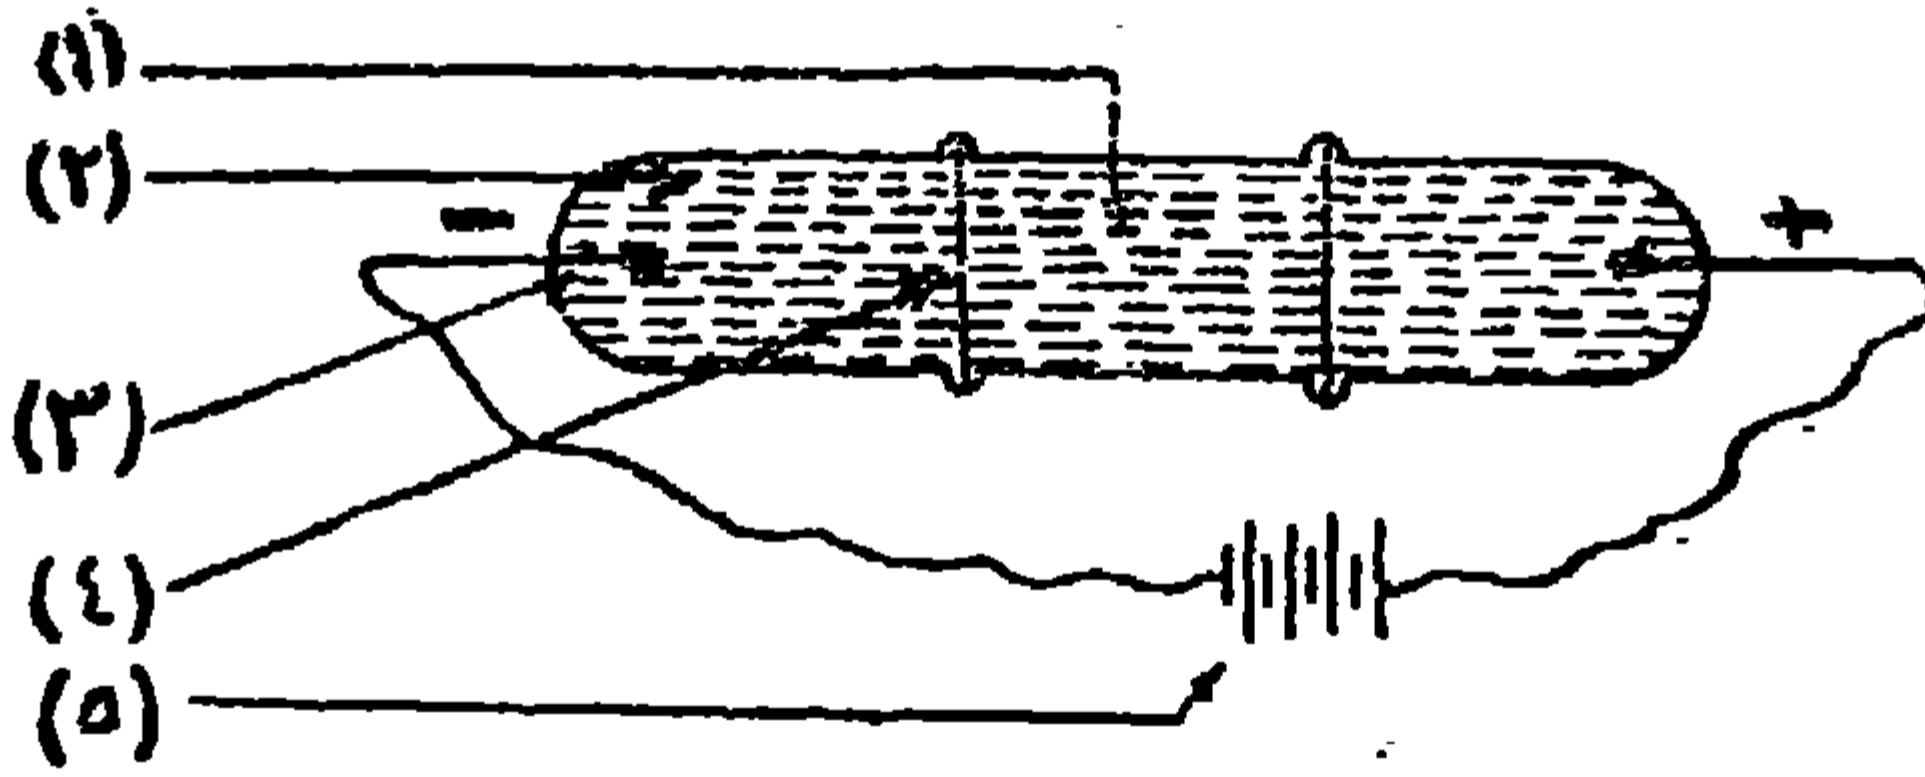

شکل رقم (۱۰)

قطب كهربائي

جهاز تنقية فصل غشائي كهربائي

٦ - وعاء من زجاج بيكرس .

٧ - إلى مضخة التفريغ .

٨ - إلى مضخة التفريغ .

٩ - إلى قمع الفصل للتخفيف .

١٠ - قطب بلاتين .

١١ - قطب نحاس .


١٢ - إلى مصدر المساء النقي .

ويجمع في الجهاز مع الترشيح تحت ضغط عال خلال مرشح شبه منفذ من الأندام تأثير قوة دافعة كهربائية تعمل من ناحيتها على الإسراع في عملية الفصل والتنقية .

الفرويات الحافظة :


تستخدم بعض الفرويات الميالة للسوائل ذات الثبات وصعوبة الترسيب في حفظ غيرها من أنواع الفرويات ذات الدقائق النافرة من السوائل وتثبيتها ضد عوامل الترسيب . وتحيط الفرويات الحافظة بالدقائق النافرة من السوائل وتحفظها من تأثير المواد المتأينة وغيرها من عوامل الترسيب . ومن أشهر الفرويات الحافظة الكثيرة الاستعمال محلول الصمغ العربي والجيلاتين والكازين والجلسرين .

ويسمى عدد المليجرامات التي يلزم إضافتها من الفروي الحافظ إلى ١٠ سم^٣ محلول ذهب غروي لحفظه من الترسيب عند إضافة ١ سم^٣ من ١٠ ٪ محلول كلوريد الصوديوم إليه بالعدد الذهبي .

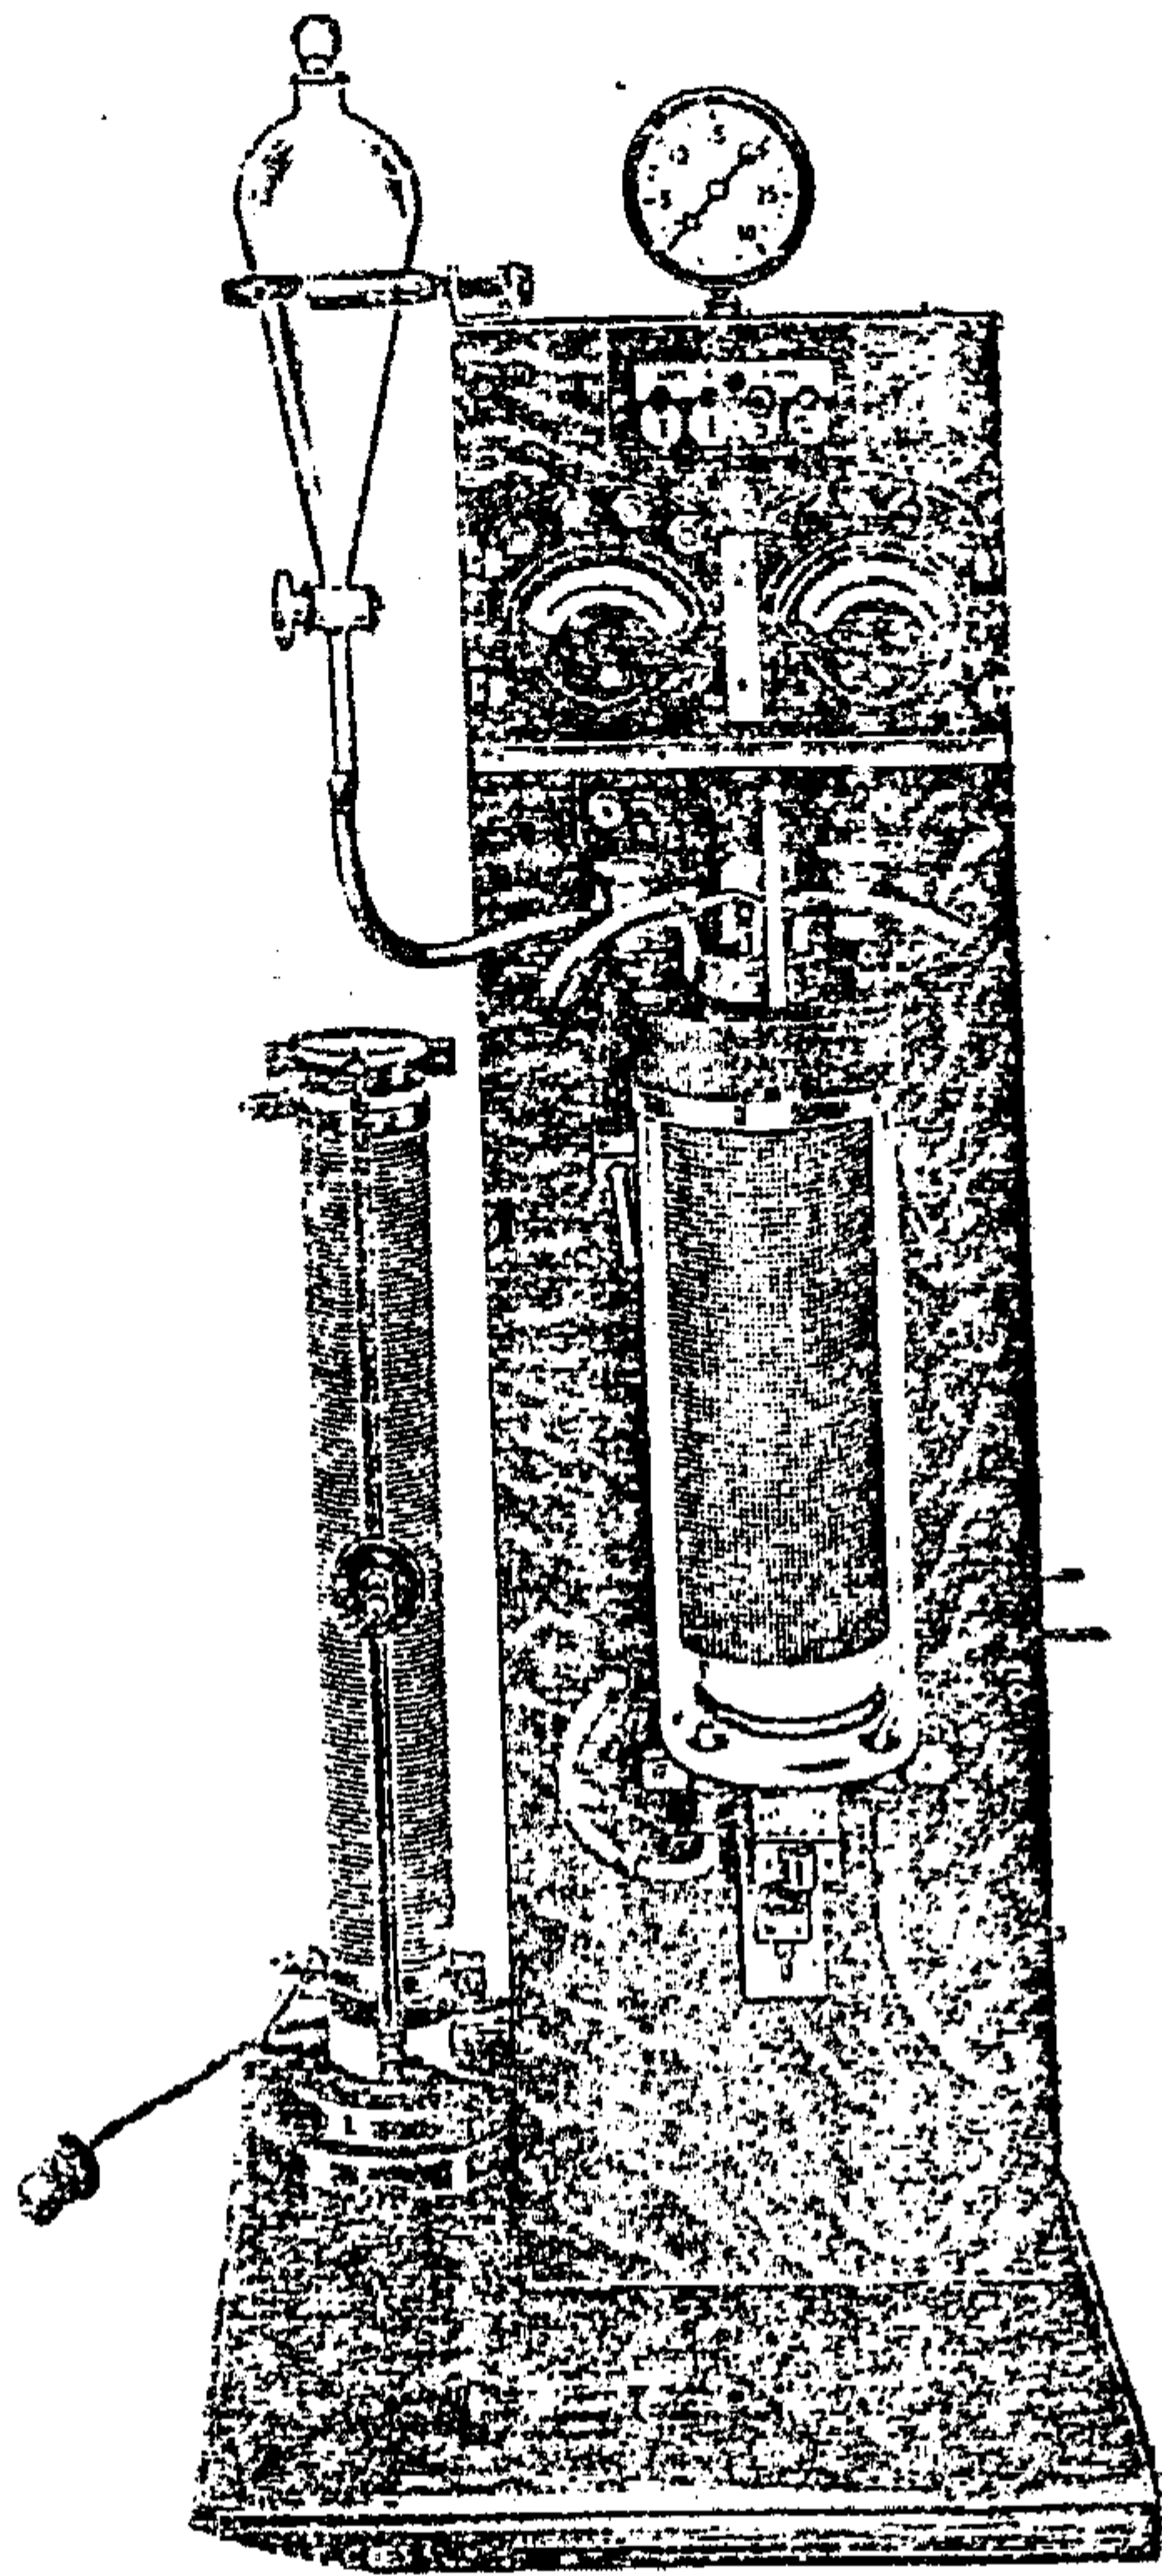

شكل رقم (١١)

جهاز بروونفبرنر لتنقية المحاليل الغروية بالترشيح
تحت ضغط عال وتحت تأثيره قوة دافعة كهربائية

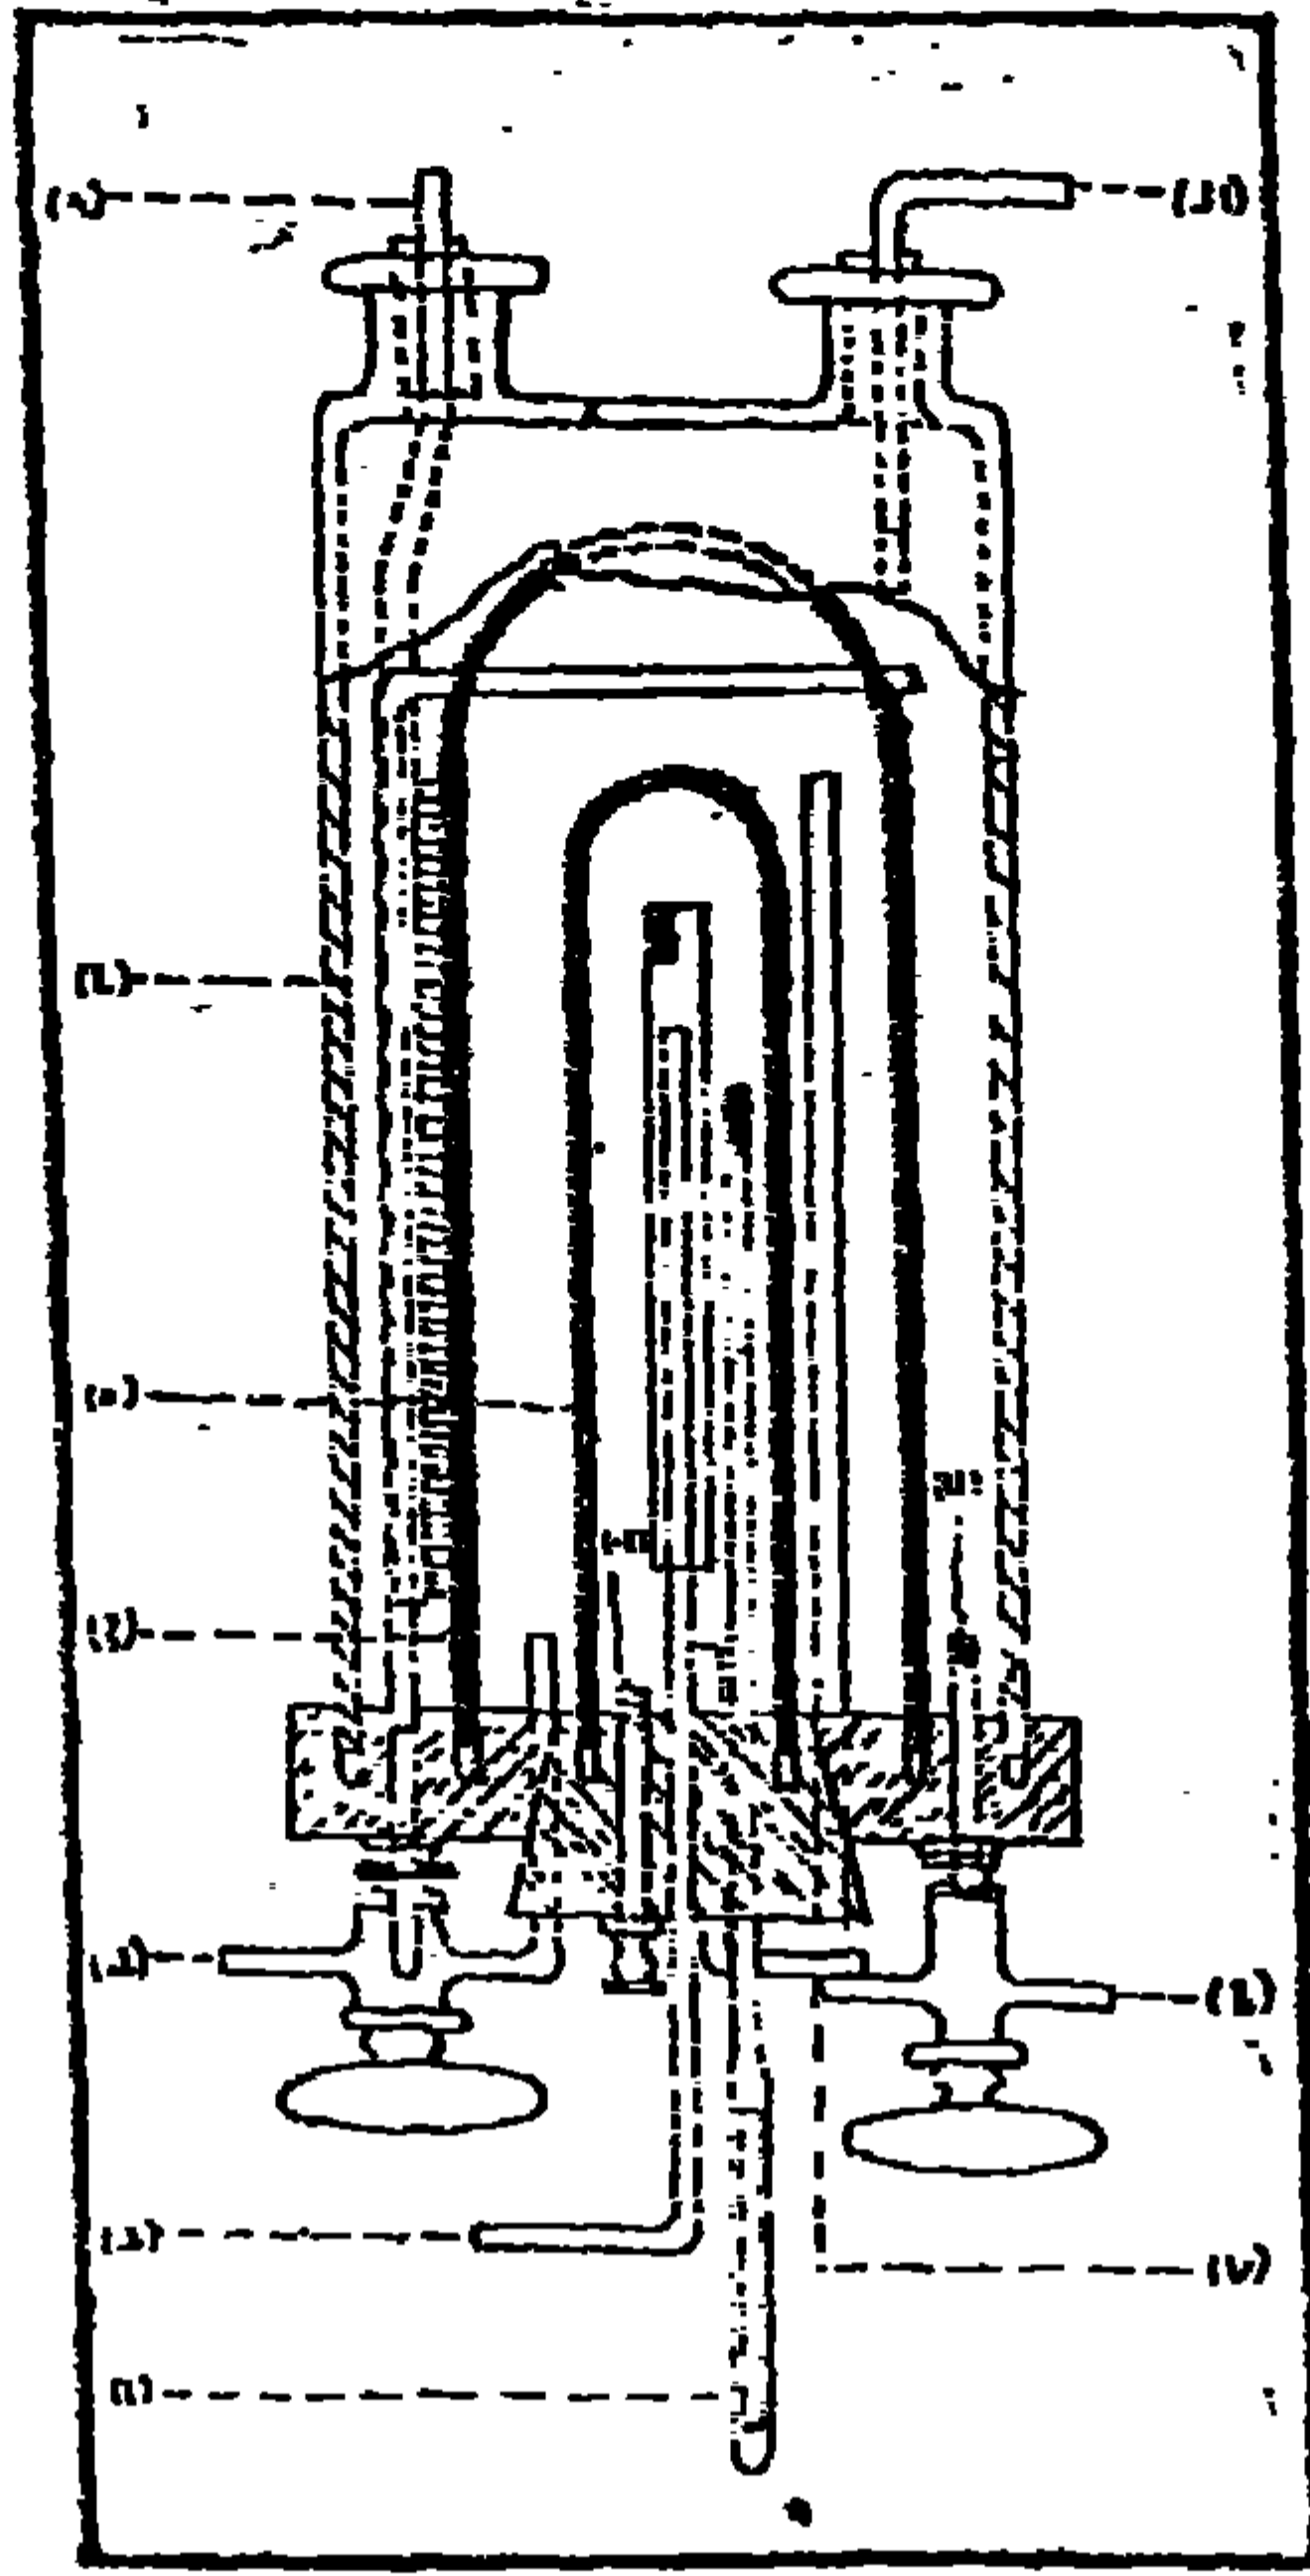

قطاع طولى فى جهاز بروتينبرنر
شكل رقم (١٢)

ويستعمل محلول الصمغ العربى فى حفظ عجائن التزجيج الزائقة من الرسوب .
كما تستعمل مخلفات وفضلات المذابح والساخانات فى تعطيل تجمد
عجائن الصيص ويعمل الدبال على رفع غروية الطين .

حالات ترسيب المحاليل الغروية :

تقع الدقائق تحت تأثير عدة عوامل تعمل على ترسيبها وفصلها عن وسط
الانتشار فى المحاليل الغروية ، وقلما تعمل بعض العوامل على تفكيك الدقائق

إلى جزيئات موادها محولة لها إلى محاليل حقيقية . وترسب الدقائق تحت تأثير الجاذبية عندما تكبر أحجامها . وتكون عملية الرسوب على حالتين ، هما :

١ - حالة الركود : وهي عندما ترسب الدقائق منفصلة عن وسط الانتشار لكنها ما زالت محتفظة بشحناتها الكهربائية . ويحدث ذلك عادة عند ارتفاع الثقل النوعي لمادتها . ويمكن للدقائق الراكدة أن تعود ثانية إلى حالة الانتشار مكونة محلولاً غروبياً ، وذلك بتقاييها أو استعمال بعض العوامل المجزئة كإضافة سائل وسط الانتشار نفسه .

وتختلف حالة الركود عن حالة التهييم التي يكون فيها الهلام الغروي من دقائق سائلة منتشرة في وسط انتشار صلب مع عدم وجود سائل وسط انتشار فوقها كما في حالة غروي الجيلاتين أو النشا .

٢ - حالة التجلط : وهي تكتل الدقائق إلى حبيبات أو أجسام خارج الأبعاد الغروية ، نتيجة لفقد الشحنات الكهربائية المحيطة بالدقائق . وفي هذه الحالة يفقد الراسب الناتج خاصته الغروية ، ولا يمكن أن يعود إليها بعد ذلك إلا إذا عولج بأحد طرق تحضير المحاليل الغروية مرة ثانية .

قاعدة وقانون ترسيب الدقائق :

تتبع الدقائق في عمليات ترسيبها إلى كل من :

(١) قاعدة شولتز .

(٢) قانون استوكس .

قاعدة شولتز :

أجرى هاردي شولتز عدة تجارب على ترسيب الدقائق عن طريق معادلة شحناتها الكهربائية بإضافة مواد عالية التأين ذات شحنات كهربائية مضادة لشحنات الدقائق . وتوصل شولتز من تجاربه إلى أنه كلما ارتفع تكافؤ الأيون المرسب تضاعفت قدرة ترسيبه للدقائق . فوجد أن أيونات المواد الأحادية التكافؤ كأيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد مثلا ترسب ما يعادلها من الدقائق ، وأن قدرة ترسيب الأيونات الثنائية التكافؤ مثل أيونات الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريتات تعادل مائة مرة قدرة ترسيب الأيونات الأحادية التكافؤ ، أما الأيونات الثلاثية التكافؤ مثل الحديدك والألومنيوم والفوسفات فذات قدرة ترسيب تعادل سبعة أضعاف قدرة ترسيب الأيونات الثنائية التكافؤ .

قانون استوكس :

وجد استوكس أن معدل ترسيب الدقائق يتناسب طرديا مع مربع نصف قطر الدقيقة ، وذلك تبعاً للعلاقة الرياضية الآتية :

$$s = \frac{2 \text{ تق}^2 (\text{ث}_1 - \text{ث}_2)}{9 \text{ ع}}$$

حيث s رمز سرعة الهبوط بالسنتيمتر / الثانية .

، تق رمز نصف قطر الدقيقة بالسنتيمتر .

، ح رمز ثابت الجاذبية الأرضية (٩٧٩ في القاهرة) .

، ث_1 رمز الثقل النوعي لمادة الدقائق .

٤ ، ث ٧ رمز الثقل النوعى لسائل وسط الانتشار .

٥ ، ع رمز لزوجة وسط الانتشار بالبواز .

وتبلغ لزوجة الماء في درجة حرارة ٢٥ م^٠ ١٠ ر٠ بواز .

عوامل ترسيب دقائق المحاليل الغروية :

من قاعدة شولتز وقانون استوكس وخواص المحاليل الغروية يمكن
حصـر عوامل ترسيب دقائق المحاليل الغروية في الآتي :

١ — يعمل التسخين إلى درجات الحرارة العالية على خفض لزوجة سوائل
وسط الانتشار مما يعمل على ترسيب الدقائق .

٢ — يعمل التبريد القارس على شل حركة الدقائق مما يعمل على رسوبها .

٣ — يفقد تجفيف المحلول الغروي سائل وسط انتشار الدقائق ، وذلك
بسبب ركودها .

ويكون ترسيب الدقائق بواسطة العوامل الثلاثة السابقة على هيئة ركود
في أغلب حالات الترسيب ، ويمكن للدقائق استعادة حالات انتشارها .

٤ — إضافة مواد ذات شحنات مضادة لشحنات الدقائق ، أو تعريض
الدقائق لمجال كهربائي مخالف في نوع كهربيته لشحنات الدقائق يسبب تجلط
الدقائق مع قفدها لخاصتها الغروية .

التطبيقات العملية لعوامل الترسيب :

من الأمثلة العملية الكثيرة التي يستفاد فيها من فعل عوامل ترسيب
الدقائق النواحي الآتية :

١ - استعمال الشب المحتوى على الألومنيوم أو الحديد الثلاثى التكافؤ ذوى شحنة كهربائية موجبة فى ترويق المياه المحتوية على طين غروى سالب الشحنة الكهربائية عادة .

٢ - استعمال محلول كلوريد الحديدى المحتوى على أيون حديدىك ثلاثى التكافؤ الموجب الكهربائى فى ترسيب الدم وتجليطه لإيقاف النزيف . ودقائق ثم سالبة الشحنات الكهربائىة .

٣ - عمليات فرز الدقائق بزيادة الجاذبية عن طريق المحلول الغروى لقوة طاردة فى آلات الفرز . وذلك كما فى عملية فرز القشدة والمواد الدهنية من الألبان .

٤ - ترسيب الدقائق الضارة المنتشرة فى الهواء فى جو المصانع باستخدام ضغط كهربائى عال يؤين غازات الهواء لتعادل شحنات تلك الدقائق المنتشرة فيه ، وذلك كما فى مصائد « كوتريل » المستخدمة فى تنقية جو المصانع من أبخرة ودقائق الأحماض الأكلة .

٥ - عمليات تنقية وتجهيز الطين كما سيأتى تفصيلا عند الكلام عن هذه العمليات .

غروية الطين

مكونات الطين الغروية :

المكونات الغروية الأساسية فى الطين هى سيليكات الألومنيوم المائية على اختلاف أنواعها وحامض السيليسيك الغروى والألومينا المائية ، مع مركبات الحديد المائية ، ومواد عضوية مائية موجودة بالطين على هيئة غرويات إضافية .

ويكثر وجود كميات صغيرة من الأملاح القابلة لذوبان مدمصة على سطح دقائق الطين .

ويحتوى الطين على مواد عديدة الفروية بجانب المواد السابقة مثل حبات الرمل وقليل جداً من بلورات معدن الكاولينيت النقي وجسيمات من الطين الصينى والكاولين مع غيرها من مواد خشنة طبيعية .

ومن أنواع الطين، مثل الطين الزلطى، ما هي عديدة الفروية في حالاتها التي توجد عليها في الطبيعة، وهذه تحتاج إلى معالجات خاصة عند تجهيزها لتستعيد غرويتها الكامنة. وعلى النقيض من ذلك توجد أنواع أخرى من الطين، مثل الطينة اللازقة ، وكذلك البنتونيت ، عالية في خواصها الفروية . وتتكون أنواع الطين التجارية من مخاليط من مقادير متوازنة من كل من الطين الغروى والمواد الخشنة .

وتتوقف غروية الطين على مقدار ما يحتويه من دقائق . وأهم مواد الطين الغروية هي :

السيليكا الغروية :

لا توجد السيليكا ولا السيليكات على الحالة الغروية في الطبيعة . ويرجع السبب في ذلك إلى شدة صلادة السيليكا ومقاومتها لعوامل التفتت والتحلل . وحتى في الحالات التي تتعرض لها السيليكا لعوامل التعرية والتحلل القاسية التي تحولها إلى دقائق من حامض السيليسيك الغروى فإن تلك الدقائق لا تستمر طويلاً في حالة غروية ، إذ سرعان ما تتركب تلك الدقائق على هيئة سيليكا غير

متبلورة في صور من الزلط إن كانت ثقيلة والشيرت إن كانت غير ثقيلة . وقد ترسب على صورة معدن العقيق الأبيض . كذلك يتصلب حامض السيليسيك المتخلل لرواسب الطين عند الجفاف .

ودقائق السيليكات من النوع النافر للسوائل ، ذات شحنات كهربائية سالبة . وقد قدر « برادفيلد » فرق الجهد الكهربائي للسيليكات بالنسبة لثابت عزل الماء بمقدار — ٠.٣٠ فولتا ، وتتغير شحنة دقائق السيليكات في وسط حامض إلى نوع موجب كهربائية . وقد ر « فيكتور لينر » أبعاد دقائق السيليكات ووجد أن نحو ٨٥٪ من وزنها تقل أبعاد أقطارها عن أربعة ميكرونات و ١٥٪ باقي الوزن يتراوح بعد أقطاره بين ٤ — ١٦ ميكرونات . وأظهرت جميع دقائق السيليكات المنتشرة في ماء نقي حركة براون نشيطة، وظاهرة تبدال الضوئية لعدة أسابيع .

وأفضل طريقة للحصول على محاليل غروية ثابتة لحامض السيليسيك هي غسل دقائقه فترة طويلة بمحلول سيليكات الصوديوم . كذلك أمكن الحصول على دقائق من السيليكات عند طحن رمال أتاوة في طواحين بلي مدة تتراوح بين ٣٥٠ — ٤٠٠ ساعة .

ومن المشاهد منذ القدم عند قدماء المصريين تحول الكوارتز الحامل للذهب إلى مادة طينية ذات خواص غروية عالية عند طحنه مع الماء في طواحين الرحي في عمليات استخراج الذهب منه . كذلك يحول الضغط والحرارة السيليكات المتبلورة أو المتجمدة إلى سيليكات هلامية، وذلك عند ارتباطها بالماء في مثل تلك الظروف ، وتؤيد ذلك نتائج أبحاث « ميخائيليس » التي عرضها في ٩ مارس ١٩٠٩ على القائمين بصناعة أسمنت بورتلاند ، والتي تتلخص في أن

مسحوق الكوارتز الناعم يتحول إلى حامض سيليسيك مائي غروي عند غليه مع الماء .

الأومينا والسيليكات الغروية :

يندر أن توجد الأومينا منفردة في الطبيعة ، وذلك كمعادن الكورند واليواقيت ، وهذه معادن شديدة الصلادة لا يفوقها في ذلك غير الماس ، وهذه مواد غير غروية . أما الأومينا المائية التي توجد في الطبيعة على هيئة معادن البواكسيت واللاتيريت والدياسبور فهي مواد ذات غروية كامنة تظهر عند معالجتها بطرق خاصة . وتوجد الأومينا متحدة مع السيليكات على هيئة سيليكات معقدة في معادن الفلوسبار ، كما توجد متحدة مع السيليكات على هيئة سيليكات بسيطة كما في الطين . وتوجد بين مكونات الطين أومينا منفردة ، وذلك استنتاجاً لما أثبتته « إدواردز »^(١) من أن نحو ٤٤٪ من نتائج تحليل الطين تحتوي على نسب من الأومينا تزيد على نسبة وجودها في سيليكات الألومنيوم مادة الكاولين . وتعلل سهولة استخلاص فلز الألومنيوم من خاماته الطينية إلى وجود أومينا منفردة بها ، وقد نصح إدواردز باستخراج الفلز من تلك الخامات بدلا من استخراجها من خام البواكسيت فقط . ومن أشهر المعادن الصالحة لاستخراج فلز الألومنيوم غير البواكسيت معادن النيفيلين والصداليت والأندالوسيت والسيليمانيت والكيانيت .

ووجد برادفيلد أن نوع شحنة دقائق أيدروكسيد الألومنيوم من النوع الموجب الكهربائية ، وأن فرق جهداها + ٠٦٧ ر١ فولتا بالنسبة لثابت عزل الماء .

(١) إدواردز : وجود الأومينا المنفردة في طين الولايات المتحدة الأمريكية . نشرة الجيولوجيا الاقتصادية ، ٩ ، ١١٢ : ١٩١٤ .

ويتحول الفلspar إلى دقائق غروية عند سحبه طويلا مع ماء يحتوي على قليل من بعض المواد المتأينة .

أكاسيد الحديد الغروية :

أكاسيد الحديد المائية مواد غروية موجبة الشحنة الكهربائية ، ولو أنها كثيراً ما تتحول إلى نوع سالب الشحنة . ويبلغ فرق جهد أيدروكسيد الحديد الغروية $+ 0.30$ فولتا بالنسبة لثابت عزل الماء . وتزيد أكاسيد الحديد المائية من غروية الطين عند وجودها فيه .

نوع غروية الطين :

عند اختبار طبيعة دقائق الطين المنتشرة في الماء النقي وجدت من النوع النافر من الماء، ذات حركة براون ضعيفة، وظاهرة تنبدال قوية . ودقائق الطين وحدها غير متميزة الشحنة وإنما تكتسب شحناتها من ادمصاصها للأيونات السائبة في وسط الانتشار في أثناء تكوين الطين، وذلك مثل أيونات الأيدروكسيد من الأيدروكسيدات القلوية الناتجة في أثناء عمليات تحلل الصخر الأصلي . وتسبب أيونات الأيدروكسيد للمدصة على سطح الدقائق شحنها بكهربائية سالبة . وقد وجد أن غروية الطين تنخفض عند إضافة الأحماض إليه ، لكنها تعود إلى الظهور عندما يصل الرقم الأيدروجيني للمحلول (3) ، وعندئذ تكون شحنة الدقائق من النوع الموجب ، إلا أن غروية الطين في هذه الحالة أضعف من غرويته في وسط قلوي .

سوائل وسط انتشار دقائق الطين :

الماء هو وسط الانتشار العادي لدقائق الطين . ومن السوائل التي تنتشر

فيها دقائق الطين غير الماء سائل الجلسرين أو مخلوطه مع الماء ، ويكسب الجلسرين الطين غروية عالية للزوجته ومقاومته للجفاف، وذلك لارتفاع درجة غليانه ارتفاعاً كبيراً عن درجات حرارة التجفيف . ومن أنواع الطين المستعمل فيه مخلوط الجلسرين مع الماء كوسط انتشار مادة البلاستيسين . وقد جرب استعمال الكحول الإيثيلي كوسط انتشار فثبت نجاحه . وكقاعدة عامة يجب توافر أيون الأيدروكسيد في سائل وسط الانتشار للحصول على طين غروي .

العوامل المؤثرة في غروية الطين :

وتشمل العوامل الآتية :

١ - العوامل الميكانيكية : تزداد غروية الطين بنعومة أجزائه ، فالسكاولينات الخشنة أقل غروية من الطينات الناعمة . ويمكن الحصول على درجات نعومة مناسبة في حالة السكاولينات الخشنة بطحنها طحناً رطباً . كذلك تفصل المواد الخشنة غير الطينية في عمليات التنقية .

٢ - العوامل الكيميائية : وأهم هذه العوامل هي الرقم الأيدروجيني وفعل القلويات والأحماض وتأثير الأملاح القابلة للذوبان .

الرقم الأيدروجيني : تتلخص أبحاث هول^(١) التي أجراها على قياس الرقم الأيدروجيني لخلاصات مائية لعدة أنواع من الطين أذيت في ماء تقى بنسبة جزء من الطين إلى أربعة أجزاء من الماء ، وذلك فيما عدا البنتونيت الذي أذيب كل جزء منه في ٧٠ جزءاً من الماء، في النتائج الآتية :

(١) أبحاث هول. عن الرقم الأيدروجيني لطينات الولايات المتحدة الأمريكية في مصلحة

المقاييس .

الرقم الأيدروجيني لمخلاصته:

نوع الطين :

٥٢٠

طين صيني إنجليزي

٩٧٢

بتونيت

٤٧٥

كلولين كارولينا الشمالية

٥٩٠

كلولين فلوريدا

٤١٥

كلولين جورجيا

٥٠٠

طين حراري « . ٥ » ، ووكر

٦١٠

مسحوق خزف زلطي

٤٠٥

طينة كروية إنجليزية

٥٥٠

طينة تينيسي الكروية

٥٢٠

طينة كنتوكي الكروية

وتدل تلك النتائج دلالة عامة على زيادة الرقم الأيدروجيني بزيادة نعومة وغروية الطين إذا ما استبعدت نتائج الطينات الكروية ، كذلك وجد هول أن غسيل الطين يخفض من كل من الحموضة والقلوية .

وقد وجد كل من هول وماتسون^(١) من نتائج بحوثهما على تأثير تركيز أيون الأيدروجين على غروية الطين أن دقائق الطين تصبح موجبة الشحنة عند زيادة حموضة الوسط مع بقاء انتقالها نحو القطب السالب ، وربما فقدت الدقائق قدرة انتقالها تماماً في الوسط الحامض وذلك مما يعمل على ترسيبها، ومن المعروف أن أيونات الأيدروكسيد القلوية التأثير تزيد من سرعة انتقال دقائق الطين نحو القطب الموجب .

(١) هول وماتسون: تأثير تركيز أيون الأيدروجين على غروية الطين . جورنال جمعية الحرف الأمريكية ، ٦ (٩) ، ١٩١٩ ، ١٩٢٣ .

إلا أن ريتشارد برادفيلد^(١) وجد أن زيادة حموضة الوسط لا تسبب تغيراً في شحنة دقائق الطين ، كما وجد زيتل^(٢) أن دقائق بعض الكاولينات لا تنتقل نحو القطب السالب عند زيادة تركيز أيون الأيدروجين ، وتدل تلك النتائج على أن شحنة دقائق الطين تظل سالبة رغم تغير وسط الانتشار ، كذلك وجد أن الأحماض تسبب ترسيب دقائق الطين في أول إضافتها ، إلا أنها لا تلبث أن تكتسب الدقائق شحنة كهربائية مخالفة تبدأ بعدها في الانتشار في الوسط الحامض ، وذلك بعكس تأثير القلويات التي تسبب انتشار الدقائق مدة طويلة حتى إذا ما زاد تركيزها إلى حد معين تبدأ الدقائق في الهبوط .

ويمكن تلخيص نتائج البحوث التي أجريت على تأثير الرقم الأيدروجيني على دقائق وغروية الطين في أن إضافة كمية مناسبة من القلوي إلى الطين، وذلك كإضافة كربونات صوديوم بنسبة ٣.٠٪ أو سيليكات صوديوم بنسبة أقل من ذلك ، يزيد من غروية الطين ويعمل على انفصال الحبيبات عن الدقائق لانخفاض لزوجة السائل ، ويكون الطين في هذه الحالة في أقصى حالة غروية صحيحة، وتسمى هذه الدرجة من درجات الغروية بدرجة أقصى انتشار الدقائق حيث تكون فيها الدقائق في أنشط حركتها ، ويبلغ الرقم الأيدروجيني لهذه الدرجة ما بين ١١-١٢ ، وتختلف قيمة ذلك الرقم من طين لآخر لاختلاف حالات غروية أنواع الطين ، وتعمل زيادة غروية الطين على خفض مقدار بناء المستعمل لتكوين عجينة معتدلة اللزوجة صالحة للتشكيل حتى يمكن صلاحية

(١) برادفيلد : تأثير العوامل الكيميائية في خواص الطين الغروية . تقرير أبحاث خطة التجارب الزراعية بجامعة ميسوري ، ٦٠ ، ٣٦ ، ١٩٢٣ .

(٢) زيتل : معمل الخزف ، جامعة واشنطن .

تجينة التشكيل باليد مثلاً للتشكيل بالنصب عند إضافة القلوي إليها دون الحاجة إلى زيادة كمية ماء العجن، وفي ذلك وقاية لعدم تشقق أو تشريح المشغول عند جفافه. ولا تستعمل الأحماض المعدنية لغرض رفع غروية الكاولينات لتأينها، وإنما يستعمل حامض عضوي مثل حامض الخليك الذي يضاف بنسبة تتراوح بين ٥-١٠٪، وتزيد الأحماض من لزوجة المحلول الغروي للطين بعكس فعل القلويات في هذه الناحية.

تأثير الأملاح :

نسبب الأملاح القابلة للذوبان في الماء من تغير في نوع شحنة الدقائق، كما تعقد من التفاعلات المائية مما يعرقل من عملية انتقال الدقائق إلى القطب السالب، ذلك لأن الشق الحامض للأملاح الموجودة في الطين ذات أحماض قليلة الذوبان في الماء. كما يحدث أن تسمى بعض الأملاح متحولة إلى دقائق ذات شحنات مخالفة لنوع شحنات أيوناتها، ولا تحدث عملية تميؤ في حالة القلوية، وقد وجد أن لـكلوريد الكالسيوم تأثيراً ضعيفاً على غروية الطين في حين تزداد الغروية عند إضافة كلوريد الخارصين أو كلوريد القصدير أو كلوريد الألومنيوم، وتضاف هذه الأملاح بنسبة ٠.٧-٠٪ ويلاحظ أن وجود الأملاح يسبب ارتفاعاً في لزوجة المحلول الغروي للطين، شأنها في ذلك شأن وجود الأحماض.

٣ — تأثير الزمن في غروية الطين :

تزداد نعومة الدقائق بمضي الزمن على محلول الطين الغروي، كما يزداد انتظام انتشار الدقائق وتجانس توزيع غشاء الماء حولها نتيجة خروج الغازات الملتصقة بأجسام الدقائق والتي يعيق وجودها تغليف الدقائق بأغشية الماء. كل ذلك يرفع من غروية الطين.

٤ — تأثير الحرارة في غروية الطين :

تزداد غروية الطين عند تسخين محلوله لتميؤ جزيئات سيليكات الألومنيوم المائية إلى دقائق من السيليكات المائية والألومينا المائية . أما إذا زاد التسخين إلى درجة حدوث تبخر الماء فإن دقائق الطين تفقد ماء وسط انتشارها وتركد إلى كتل متماسكة ، وتعود تلك الكتل الرابدة إلى حالتها الغروية عند إضافة الماء إليها ، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة التسخين إلى ٣٣٠ م . تبدأ سيليكات الألومنيوم المائية مادة الدقائق في فقد ماء الارتباط بها وتتكدل إلى حبيبات غير متماسكة لا تلبث أن ترسب مع فقدتها لخاصتها الغروية بصفة دائمة دون التمكن من استعادتها .

٥ — فعل البكتيريا والمواد العضوية .

تعمل البكتيريا على رفع غروية الطين، وذلك بما تفرزه من أحماض عضوية وتحديثه من عمليات كيميائية في أثناء نموها وتكاثرها. وبما يزيد في نمو البكتيريا وما يترتب عليه من زيادة في غروية الطين توافر العوامل الآتية :

(أ) درجة الحرارة المناسبة لنمو البكتيريا ، وهذه تتراوح بين ٢٧-٣٢ م° .
(ب) زيادة نسبة الأكسجين اللازم لعمليات تنفس البكتيريا . ومن المواد التي تعمل على زيادة الأكسجين في جو النمو إضافة فوق أكسيد الأيدروجين إلى المحلول الطيني .

(ج) وفرة الغذاء اللازم لنمو البكتيريا مثل الفوسفات والمواد السكرية والنشوية ومركبات الفسفور .

كذلك تعمل بعض المواد العضوية على زيادة غروية الطين . وأفضل هذه

المواد الأصماغ ومركبات العفص وخلاصة قلفه وخلاصات القش والسكاد الهندي وما يشابهها . ومن المعروف أن الطينات المحتوية على الديبال أعلى في غرويتها من الخالية منه . وعلى العكس من ذلك تسبب بعض المواد العضوية الأخرى خفض غروية الطين عند إضافتها إليه، وذلك مثل الكحول الإيثيلي والبنزول التجاري والأسيتون ورابع كلوريد الكربون .

الطين الصابوني^(١) أو طين التنظيف :

تشبه بعض الطينات ذات الطبيعة الغروية العالية الصابون في إحداث الرغوى والخواص المنظفة . وذلك لأن لكل من هذه الطينات والصابون توترا سطحيا منخفضا عن توتر سطح الماء ، ولزوجة أعلى من لزوجة الماء ، ولهذا الطينات قدرة على الاستحلاب وقدرة على ادمصاص المواد الدهنية والأوساخ . ومن أنواع الطين الصابوني ما يستخرج من ولاية « كاليفورنيا » ويستعمل بدلا من الصابون في المغاسل .

(١) وستون : عمال الطين البريطانيون ، ٢٨ ، ٢٤٥ - ٢٤٦ ، ١٩٢٠ .

الباب السابع

لازبية الطين

اللازبية هي قدرة دوام انسياب المواد الصلبة تحت تأثير الضغط مع بقاء الجسم الناتج متماسكا محتفظاً بشكله عند زوال الضغط عنه .
وأكثر المواد لازبية هي عجائن الطين والمصيص والأسمنت ومواد البلاستيك، وكذلك بعض الفلزات مثل الذهب والنحاس والرصاص، ويكتسب الزجاج لازبية حرارية عند تسخينه إلى درجة حرارة لينه .

الفرق بين اللازبية واللدونة:

اللدونة حالة تشبه خاصة اللازبية، وقد تسمى اللازبية الكاذبة . واللدونة حالة توجد عليها بعض الأجسام تقع بين حالة الصلابة وحالة السيولة مثل الشموع والقار والراتنجات والأصماغ والفراء والأسفلت وشمع الختم والفازلين . وتقبل الأجسام اللدنة التشكيل بالضغط لكنها لا تحتفظ بشكلها بعد زوال الضغط عنها . فإذا ترك جسم لدن معلقاً في الهواء مدة أخذ في الاثناء تدريجياً تحت تأثير ثقله، كذلك إذا وضع ذلك الجسم فوق سطح أفقى امتد عليه يبطء .

وتختلف بنية المواد اللدنة عن المواد اللازبة في أن الأولى متجانسة في حين أن الثانية تتكون من جسيمات ناعمة ومواد خشنة . ومن الممكن تحويل المواد اللدنة إلى مواد لازبة بإضافة مواد خشنة، إليها، وذلك كما في التجارب التي قام بنجام بها .

وهناك فرقان واضحان بين خواص المواد اللازبة والمواد اللدنة ، هما :

١ — تقل اللدونة بالتسخين في حين تزداد اللازبية عند التسخين إلى حد معين ، ولو أنها تفقد لازبيتها إذا ارتفعت درجة حرارة التسخين فوق ذلك الحد .

٢ — تزداد اللدونة بأكبر كثافة المادة، بينما تضعف اللازبية بأكبر الكثافة.

الفرق بين اللازبية وال مرونة :

المرونة هي قابلية الجسم لاستعادة شكله الأصلي بعد تغيره بمؤثر عند زوال ذلك المؤثر، في حين أن اللازبية هي احتفاظ الجسم بشكله الذي يتركه عليه المؤثر . ويتضح من ذلك عدم قابلية الأجسام المرنة مثل العاج والمطاط والصلب إلى التشكيل بالضغط . ولا تقبل الأجسام المرنة التشكيل بالضغط إلا بعد أن تفقد مرونتها . وعلى ذلك يتبين أن الأجسام اللازبة عديمة المرونة .

الفرق بين اللازبية والزوجة :

الزوجة هي خاصة مقاومة السوائل لانسيابها . ولا تحتاج السوائل في انسيابها إلى جهد ميكانيكي ملموس .

كما في حالة الأجسام اللازبية ، كذلك نجد أن السوائل اللزجة ضعيفة التماسك لا تحتفظ بشكائها لدوام انسيابها بعكس المواد اللازبية الصلبة .

وتحسب لزوجة السوائل أو معدل انسيابها من القانون :

$$\mu \times \frac{\tau}{\dot{\gamma}}$$

أما لازبية المواد الصلبة أو معدل انسيابها فتحسب من القانون :

$$\mu \times \frac{\tau}{\dot{\gamma} - \tau_0}$$

حيث μ مقدار ثابت ، تتوقف قيمته على نوع المادة .

، $\frac{\tau}{\dot{\gamma}}$ الحجم المناسب في كل وحدة زمنية .

، $\dot{\gamma}$ هو مقدار الضغط المستعمل لاستمرار الانسياب .

، τ_0 مقدار الضغط اللازم لبدء الانسياب .

ونجد من القانونين السابقين أن المواد اللازبية تحتاج إلى مقدار من الضغط لبدء انسيابها في حين أن السوائل اللزجة غير محتاجة إلى مثل ذلك الضغط لضعف أو انعدام تماسكها .

وثمة فرق آخر بين كل من اللازبية واللزوجة وهو أن لزوجة السوائل تقل بارتفاع درجة الحرارة وصغر كثافة المادة ، وذلك على عكس ما يحدث للازبية الأجسام الصلبة .

تفسير لازية الطين

وضع علماء الخزف عدة فروض لتفسير لازية الطين، وقاموا بأبحاث متعددة للتحقق من صحتها ، واستقر بهم الأمر إلى وضع خمس نظريات تصاح لتفسير هذه الخاصة . ويمكن تقسيم هذه النظريات إلى نواح ثلاث ، هي :

(أ) نظريات تبحث في أسباب طبيعة لازية الطين وتشمل :

١ - نظرية الجذب الجزيئي .

٢ - نظرية التوتر السطحي .

(ب) نظريات تبحث في العوامل المؤثرة في لازية الطين وتشمل :

١ - فعل للمواد العضوية والبكتيريا في لازية الطين ،

٢ - تأثير حجم وشكل الجسيمات وما يحتويه الطين من مواد خشنة وحالة توزيع كل منها في عجائن الطين اللازب . وقد سبق الإشارة إلى ذلك في باب بنية الطين .

(ج) الحالة الغروية، وتعتبر نظرية إرجاع لازية الطين إلى ما يحتويه عجائنه من محاليل غروية نظرية وسطا بين نظريات القسمين السابقين ، فقد نجحت هذه النظرية في تفسير كل من أسباب لازية الطين والعوامل المؤثرة فيها .

وقد سبق التكلم عن الخاصة الغروية بصفة عامة وغروية الطين بصفة خاصة في الباب السابق من الكتاب .

نظرية الجذب الجزيئي

سنتناول هنا ناحية التعرف على النظرية ثم نبحث عن مدى الاستفادة
بمخاصة الجذب الجزيئي في تفسير أحد أركان لازية الطين .

والجذب الجزيئي هو القوة التي تربط بين جزيئات المواد بعضها البعض .
ويتغير مقدار هذه القوة بتغير حالة المادة فهو منخفض في الحالات الغازية ،
كبير في حالات السوائل وكبير جداً في حالات المواد الصلبة . كذلك يقل
مقدار قوة الجذب الجزيئي بارتفاع درجة حرارة الجسم . والجذب الجزيئي هو
القوة المحدثة للتماسك بين أجزاء المادة .

والجذب الجزيئي قوة لا يستهان بها قدرها « برتيلو^(١) » في المائ سنة ١٨٥٠
بمقدار ٧٣٥ رطلا على البوصة المربعة . وتختلف مقادير هذه القوة باختلاف
المواد . وقوة الجذب الجزيئي في السوائل هي القوة التي يجب التغلب عليها عند
التبخير . كذلك تحدث قوة الجذب الجزيئي بين السوائل و سطح الأجسام الصلبة
قوة التماسك كبيرة بين سطحي جسمين من الصلب عندما يتماسان تماساً كاملاً لا يتخلله
هواء . وقد قدر « بدجيت^(٢) » قوة التماسك بين سطحين من الصلب بواسطة
غشاء مائي بما يقرب من ٩٠ رطلا على البوصة المربعة . ولا تكون قوة الجذب
الجزيئي بين جزيئات سطح مادة بالقدر المحسوس إلا إذا كانت المسافة بينها

(١) أيوكين ولامر: الكيمياء الطبيعية، ١٥٢ - ماك جرو-هيل (ناشر) ، ١٩٢٥ .

(٢) بدجيت : نخط الجمعية الملكية ، ٨٢ (أ) ، ١٩١٢ .

صغيرة جداً ، فتفتقد جزيئات الماء قوة التجاذب بينها إذا زاد البعد بين كل جزيء ، والآخر عن ٠.٠٠٠٠٠٥ ر. من المليمتر تقريباً^(١) .

الجذب الجزيئي بين جسيمات عجائن الطين :

يحدث الجذب الجزيئي بدرجة نشيطة فعالة بين حبيبات ودقائق الطين المنتشرة في محلوله الفروي بين كل من :

(١) أغشية الماء وبعضها .

(٢) أغشية الماء وسطح الجسيمات .

(٣) الدقائق والحبيبات نفسها^(٢) .

وقد وجد « جروت^(٣) » أن لزوجة غشاء الماء المحيطة بجسيمات الطين دون اعتبار لأبعادها ، وكذلك غروية المحلول الناتج تزداد في كليهما كثيراً بقوة الجذب الجزيئي بين أغشية الماء وما تحيط به من جسيمات ، وقد حاول جروت^(٤) أن يبرهن عن طريق الحساب أن كمية الماء اللازمة لتكوين غشاء من الماء سمكه ٠.٠٠٠٠٠٥ ر. من المليمتر حول جسيمات الجسم مع ما يلزم من ماء للماء مسام الجسم تبلغ في مقدارها ما يقرب من نفس كمية الماء اللازمة لتلين الجسم ، وقد توصل جروت من محاولاته إلى المقادير الآتية :

(١) دف : الطبيعة ، ١٤٦ . الناشر أولاد بلاكستون وشركاهم ، ١٩٠٩ .

(٢) شانلي : القوة الجزيئية ولازمية الطين . تطورات جمعية الخزف الإنجليزية ، ١٩ ،

١٩ : ١٩٢٠ .

(٣) جروت ويوب : لازمية الطين ، تطورات جمعية الخزف الأمريكية ، ١٤ ، ٧١ :

١٩١٢ ، نشرة مصلحة المساحة الجيولوجية بولاية فرجينيا الغربية ، ٣ ، ٢٦ .

(٤) وذلك كما في طريقة حساب أبعاد الدقائق في الباب الخامس من الكتاب .

يتراوح وزن الماء اللازم لتكوين الأغشية حول جسيمات كتلة من الطفل بين ٢-٠ - ١٠٪ من وزن العجينة الجافة، أو ما يبلغ في المتوسط ٤-٥٪. وتزداد هذه النسبة في الأنواع التي هي أقل تماسكا من الطين، وذلك كما في طمي الأنهار وطينات مصباتها التي تصل فيها نسبة كمية الماء السابقة إلى ١٠-١٧٪. وتبلغ كمية ماء الأغشية في الطينيات شديدة النعومة إلى ما يزيد على ٢٥٪ ويراعى عند التقدير إضافة كمية الماء اللازم للماء السام إلى ماء الأغشية حتى يمكن مقارنتها بكميات الماء اللازمة لتلين الأنواع السابقة من الطين، وقد وجد أن كميات ماء التلين تزيد في مقاديرها كثيراً على مقادير الكميات المحسوبة.

وقد قام « بوردي » بمراجعة نتائج جروت السابقة مراجعة حسابية، فافترضاً أن جسيمات الطين كروية الشكل وأن البعد القطري لها هو ٠.٠٠٥ ر. من المليمتر في المتوسط، وأن سمك غشاء الماء هو ٠.٠٠٠٥ ر. من المليمتر، فوجد أن نسبة ماء الأغشية تساوي ٢٢.٥٪ من وزن الطين اللازم. واستخدم بوردي في حسابه نفس القواعد التي استخدمها جروت^(١). وقد وجد بوردي أن من أسباب زيادة نسبة ماء التلين عن المقدار المحسوب راجع إلى أن الأملاح المدمصة على سطح دقائق الطين ذات فعل رئيسي في زيادة التوتر السطحي بين أغشية الماء وما تحدثه هذه الزيادة من تكوين محلول لزج حول الدقائق وأن حرية حركة حبات الطين وجسيماته تزداد كثيراً في مثل هذا الوسط الزلق^(٢)

(١) بوردي : طرق حساب ماء الأغشية . تطورات جمعية الخزف الأمريكية ، ١١ ، ٥٧٠ : ١٩١٩ .

(٢) بوردي : نظرية اللازبية ، تطورات جمعية الخزف الأمريكية، ١١ ، ٥٥٥ : ١٩٠٩ .

وتؤيد أبحاث بوردي البيانات الواردة في الجدول ص ٣٠٠ ، ٣٠١ من الكتاب المتعاقمة بزيادة التوتر السطحي لأغشية الماء عند إضافة الأملاح وخاصة عندما تكون مختلفة الأنواع .

كذلك يمكن تعليل ارتفاع نسبة ماء التلين عن نسبة ماء الأغشية والمسام المحبوبة بأن شكل جسيمات الطين ليست دائماً كروية كما يفرض عند الحساب.

نظرية التوتر السطحي

يمكن تعريف التوتر السطحي بأنه مقاومة سطح السائل لعوامل الانفعال والإجهاد الواقع تحتها السائل .

فعند وجود قطرة من البرافين على سطح زجاجي نظيف نجد أنها تتفطح تحت تأثير الجاذبية الأرضية ، كذلك تتفطح قطرة الماء ولكن بدرجة أقل من البرافين .

وإذا وضعت قطرة الماء على سطح دهني فإنها تظل كروية الشكل ، كذلك تحتفظ قطرة من الزئبق بكروييتها على أى سطح توضع عليه ، وإذا أمكن للسوائل أن تتخلص من تأثير الجاذبية الأرضية والاحتكاك بالسطح فإن قطراتها تظل كروية الشكل ، وذلك كما يشاهد في حالة قطرات المطر المعالقة في الهواء ، أو سقوط مصهور المواد في الهواء فإنها تأخذ شكلاً كروياً ، وإذا تجمدت المصهورات قبل وصولها إلى سطح فإنها تصبح على شكل كرات كاملة التسكور .

وتستخدم هذه الظاهرة في صناعة مخردق الرصاص وعند تجهيز المزججات عند صب معهوريهما على هيئة قطرات في أحواض مملوءة بالماء . كذلك تحتفظ كرات السوائل بأشكالها عند سقوطها في سوائل لا تمتزج بها وذات ثقل نوعى يساوى الثقل النوعى للسوائل الساقطة فيها .

ولقوة التوتر السطحي ظاهرة أخرى غير محاولة الاحتفاظ بشكل قطراتها، وهي تصاعد السوائل رأسياً في الأنابيب الشعرية أو بين الأسطح الضيقة ضد قوة الجاذبية الأرضية . وتسمى الظاهرة الأخيرة بالخاصة الشعرية . وتبلغ قوة التوتر السطحي للماء النقي في درجة 20°C من الجرام لكل سنتيمتر من طول السطح . وتنخفض قوة التوتر السطحي للسوائل بارتفاع درجة الحرارة، وتزيد عند ذوبان الأملاح في السوائل . وتختلف مقادير قوة التوتر السطحي بين سائل وآخر، والزئبق هو أعلى السوائل في قوة توتره السطحي ويليه في ذلك الماء ثم الجلسرين .

وبين الجدول الآتى قوة التوتر السطحي للسوائل المشهورة عند ملامستها للهواء^(١) .

(١) من جداول سميشونيان ، ١٩٢٠ .

الساقل	درجة الحرارة °م	التوتر السطحي داين / سم	الساقل	درجة الحرارة °م	التوتر السطحي داين / سم (١)
عطر التريبتين	٢١	٥٢٠	الزئبق	١٨	٥٢٠
الكلووروفورم	٢٠	٧٥٦	الماء	صفر	٧٥٦
البتترول	٢٠	٧٣٥	»	١٥	٧٣٥
الكحول الإميلى	١٥	٦١٥	»	١٠٠	٦١٥
الكحول الميثيلى	١٥	٦٣١٤	الجلسرين	١٧	٦٣١٤
الكحول الإيثيلى	١٥	٣٤٧	زيت الزيتون	٢٠	٣٤٧
الأيثير	٢٠	٣٠٢	حامض انجليك	١٧	٣٠٢

(١) الرطل لكل بوصة طولية = ١٧٥٠٠٠٠ داين لكل سنتيمتر أطول تقريبا .
البرام لكل سنتيمتر طولى = ١٠٠٠٠ داين لكل سنتيمتر طولى تقريبا .

التوتر السطحي داين / رسم	درجة الحرارة °م	كتافة الطور	الملاح
٨٤ر٣	١٦	١٠٧٥٨	ن يد، كل
٨١ر٧	١٦	١٠٥٣٥	
٧٨ر٨	١٦	١٠٢٨١	
٨٣ر٢	١٦—١٥	١٣٧٤٤	ما كبا،
٧٧ر٨	١٦—١٥	١٠٦٨٠	
٧٨ر٣	١٥—١٤	١١٣٢٩	
٧٧ر٨	١٥—١٤	١٠٦٠٥	ص، ك ا م
٧٧ر٢	١٥—١٤	١٠٢٨٣	
٧٣ر٦	٢٠	١١١٩٠	
٧٤ر٥	٢٠	١٠٨٨٧	يد كل
٧٥ر٣	٢٠	١٠٢٤٢	

التوتر السطحي داين / رسم	درجة الحرارة °م	كتافة الطور	الملاح
٩٥ر٠	١٩	١٣٥١١	ك كل
٩٠ر٢	١٩	١٢٧٧٣	
٩٠ر١	١٦—١٥	١٢٣٣٨	ما كل
٨٥ر٢	١٦—١٥	١١٦٩٤	
٧٨ر٠	١٦—١٥	١٠٣٦٢	
٩٠ر٩	١٦—١٥	١٣٥٧٥	بو، ك ا م
٨١ر٨	١٦—١٥	١١٥٦٧	
٧٧ر٥	١٦—١٥	٠٤٠٠	
٨٥ر٨	٢٠	١١٩٣٢	
٨٠ر٥	٢٠	١١٠٧٤	ص كل
٧٧ر٦	٢٠	١٠٣٦٠	

وقد استنتج بانكروفت أن غائية الأمازح تزيد من التوتر السطحي لمحاليلها بمقادير تتناسب مع تركيزها تقريبا ، إلا أنه في حالة محاليل القلويات أو الأحماض فإن التوتر السطحي لها يتخفف بزيادة تركيز محاليلها ، وذلك مثل الأمونيا وأحماض الأيدروكلوردريك والنتريك والأيدروبروميك .

كذلك تختلف مقادير قوى التوتر السطحي لسائل في ملامسة مادة تختلف عنها لنفس السائل عند ملامسته لمادة أخرى ، فمقدار التوتر السطحي للماء في درجة حرارة معينة عند ملامسته للهواء غير مقداره عند ملامسته للطين في نفس درجة الحرارة . وتزداد عادة مقادير التوتر السطحي لسائل عند ملامسته للأجسام الصلبة عنها عند ملامسته للغازات في نفس درجات الحرارة . وقد تتناسب مقادير التوتر السطحي لمادة واحدة في درجة حرارة واحدة عند ملامستها لعدة مواد . وعلى فرض تناسب مقادير التوتر السطحي للسوائل عند ملامستها للهواء مع مقادير عند ملامسته للطين ، نجد أن التوتر السطحي بين الطين والجلسرين مثلا يعادل تسعة أعشار مقداره بين الطين والماء ، وتبعاً لذلك يمكن الاستنتاج بأن لازبية الطين عند عجته بالجلسرين أقل من لازيبته عند عجته بالماء ، وهي في ذلك تساوي تسعة أعشار لازيبته بالنسبة للماء ، وذلك على فرض أن اللازبية نتيجة مباشرة لقوة توتر سطح سائل العجن .

وعلى هذا القياس إذا فرض وأمكن ابتلال الطين بالزئبق ، فإن شدة لازبية العجينة الناتجة تعادل سبعة أضعاف شدتها عند استعمال الماء . ولا توجد علاقة محدودة يمكن استنتاجها بين قوة التوتر السطحي للماء عند ملامسته للطين ومعدل ركوده عند إضافة الأحماض إلى الماء ، ولا بين قوة التوتر السطحي السابقة ومعدل انتشار دقائق الطين عند إضافة القلويات .

العلاقة بين التوتر السطحي والجذب الجزيئي في تكوين لازبية الطين :

تعتبر خاصة التوتر السطحي العامل الأول المسبب لتخلل الماء في جسم الطين تبعاً للخاصة الشعرية ، كما يعمل الماء المتخلل للجسم على تفتيت الأجزاء ضعيفة التماسك منه إلى دقائق ترفع من لازبية الجسم . وتحيط أغشية الماء المتخللة لمسام الجسم الطيني بالدقائق والحبيبات مكونة حولها أغشية متصلة تسبب حدوث التجاذب بين كل من جسيمات الطين وبينها من ناحية وبين الأغشية المائية المتقاربة بعضها ببعض من الناحية الأخرى ، وبذلك يحدث الارتباط والتماسك بين أجزاء الجسم الطيني مما يجعله محتفظاً بشكله .

ومن ناحية أخرى يملأ الماء المتخلل مسام الجسم مكوناً وسط انتشار للدقائق كلها أو بعضها منتجاً محلولاً غروبياً يحيط بحبيبات وحببات الجسم المبتلة ويكون بمثابة سائل لزج يسهل حركة تلك الأجزاء داخل العجينة عند الضغط عليها . ويزداد تجانس حركة الأجزاء وانسيابها تحت تأثير الضغط كلما زاد تجانس توزيعها وتوزيع المحلول الغروي والأغشية حولها .

حساب قوة تماسك الطين اللازب من قوة التوتر السطحي لنشاء الماء :

يزيد مقدار قوة التوتر السطحي بين الماء النقي وجسيمات الطين عند حسابها على قوة التماسك التقلية الموجودة بين جسيمات الطين اللازب . فعند حساب قوة التماسك الناتجة عن قوة التوتر السطحي في عينة من طين صيني إنجليزي لازب محتو على جسيمات مختلفة الأحجام أخذ قطاع مستعرض منه مربع الشكل وتحيط بحبيباته أغشية من الماء ذات سمك 2×10^{-10} م من المليمتر . ويبين الجدول الآتي نتائج التجارب :

النسبة المئوية، متوسط قطر عدد الجسيمات، طول غشاء الماء، مجموع أطوال النسبة المئوية
 لوزن جسيمات الجسيمات في سم² حول الجسم الأغشية في لطول الأغشية
 الطين بالمليمترا كل سم² (مم) (مم) (مم)

١٣٣٣٣٣	٤٤٤٤٤٤	٠.٠٠١٦	٢٧٧٧٨٠٠٠	٠.٠٠٠٢	٣٠
٣٠٢٥١	١٥١٢٥٤	٠.٠٠٨٨	١٧١٨٨٠٠٠	٠.٠٠٢	٢٠
٤١٥٩	٨٣١٧٨	٠.٠١٧٦	٤٧٢٦٠٠٠	٠.٠٠٤٢	٥
٧٦٧٧	٥١١٧٨	٠.٠٢٩٦	١٧٢٩٠٠٠	٠.٠٠٧٢	١٥
٣٠٥٣	٣٠٥٣١	٠.٠٥٠٨	٦٠١٠٠٠	٠.٠١٢٥	١٠
٣٨٧٨	١٩٣٩٢	٠.٠٨٠٨	٢٤٠٠٠٠٠	٠.٠٢٠٠	٢٠

مجموع أطوال أغشية الماء بالمليمترا ١٨٢٣٥١

وعلى ذلك يكون مقدار التوتر السطحي للغشاء السابق = $٧٣٠٥ \times ١٨٢٣٥ = ١٣٤٠٢٧٣$ داين/سم²

ولما كان للغشاء سطحان ، السطح العلوي منها ملامس للهواء ، لذلك
 تختلف قيمة قوة التوتر السطحي للماء الملامس لكل من الطين والهواء .

وعلى أية حال فإن قيمة التوتر السطحي السابق = $\frac{١٣٤٠٢٧٣}{٦٨٩٤٤} = ١٩$ رطلا/بوصة مربعة

بينما وجد أنه عند تقدير قوة التماسك نفس العينة من الطين اللازب عمليا
 أنها لا تساوي إلا ٨ رطل/بوصة مربعة .

ويرجع سبب انخفاض قوة التماسك بالتقدير العملي عن قوة التماسك

بالتقدير الحسابي إلى عوامل كثيرة أهمها : زيادة سمك الفشاء للمائي ، وجود جيوب هوائية ومائية في الجسم ، عدم انتظام شكل الجسيمات ، وإلى التغيرات الحادثة عند تشكيل الجسم .

الضغط الناشئ عند ادمصاص سطح صلب لسائل :

يحدث عند ادمصاص سطح صلب لسائل في وجود الهواء الملاصق لسطح الأول أن يحل السائل محل الهواء المدمص على سطح الصلب ، ولا يحدث ادمصاص إذا لم يطرد الهواء . فيشعر المرء عند ملامسة جسم مسامي للسان بقوة ادمصاص نتيجة لشفت مسام الجسم للماء الموجود على سطح اللسان وخروج الهواء من المسام ، وذلك كما في حالة تذوق الأجسام الطينية والفخار .

وقد قدر « جامين » مقدار الضغط الناتج عند تخلل الماء لمسام الطباشير والصبص بنحو ٣ - ٤ ضغطاً جويّاً^(١) ، كذلك حصل « سبرنج^(٢) » على ضغوط مقدارها نحو $\frac{1}{10}$ من الضغط الجوي عندما حل الماء محل الهواء عند ملامسة الأول للرمل .

ويبين الجدول الآتي سمك أغشية الماء المدمص على سطوح بعض الأجسام الصلبة^(٣) :

أقصى سمك بدمصه سطح اللؤلؤ الزجاجي الألماني ١٢٨ ملليمكرون .

-
- (١) جامين وتشولسون : الطبيعة ، ١ (III) ، (١) ، ٦٢٢ - ١٩٠٧ .
 - (٢) سبرنج : مذكرات الجمعية الجيولوجية البلجيكية ، ٩٧ ، ١٣ - ١٩٠٣ .
 - (٣) بنى جون : مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية : ، ٤١ ، ٤٧٧ - ١٩١٩ .

رمل نهري منخول من منخل ذي عشرة ثقب في البوصة الطولية
٢٨٥ ملليمكرون .

رمل نهري منخول من منخل ذي ٦٠ ثقباً في البوصة الطولية
١١٤ ملليمكرون .

سطح الفلزات^(١) قد تصل إلى ١٠٠ ميكرون في حالات خاصة .

الحرارة الناتجة عند ادمصاص سطح صلب لسائل :

وجد باركس^(٢) أنه تتولد حرارة تقرب من ١٠٥٠٠٠ ر. من السعر عندما يدمص سطح مساحته سنتيمتر مربع واحد من السيليكا أو الرمل أو الزجاج للماء في درجة حرارة ٧° م . وتسمى هذه الحرارة « تأثير بويليت » . وهي حرارة الشغل المبذول عند ادمصاص لإحداث التوازن في توتر السائل السطحي . ومصدر هذه الحرارة إدياباتسكي أي أن السطح يتبادل الحرارة مع الوسط المحيط به دون الاستعانة بمصدر حراري .

الاختيار عند ادمصاص :

وجد « هوفمان^(٣) » أن مواد الكاولين وفلوريد الكالسيوم والجبس وكبريتات الباريوم ذات قدرة ادمصاص للماء أكبر من قدرة ادمصاصها لسوائل الكحول الأميلي ورابع كلوريد الكربون والبنزول والأثير . بينما

(١) بانكروفت : النظرية العامة للكيمياء الفروية التطبيقية ، ٣١٩ — ١٩٢١ .

(٢) مجلة الفيلسوف ، (٦) ، ٢٤٧ — ١٩٠٢ .

(٣) هوفمان : الكيمياء الطبيعية ، ٨٣ ، ٣٨٥ — ١٩١٣ .

يتمص ملون أبيض الرصاص زيت بذر الكتان بقابلية أكبر من ادمصاصه للماء ، لذلك نجد أن المادة تنفر من الماء وتنتقل إلى الزيت عند إضافة الثاني إلى عينة اللون في الماء . وتعمل خاصة الاختيار هذه في فصل وتنقية بعض المواد بالطريقة المعروفة باسم « طريقة المور » وفيها تجهز بعض الخامات بتنقيتها من أخلاطها الأرضية عن طريق انتقال الأخيرة إلى الماء وانفصال الخام عنها . كذلك يفصل الرماد عن مسحوق الفحم البتيوميني بوضع الخليط في طبقتين من الماء والزيت فينتقل الرماد إلى الماء ويتبقى مسحوق الفحم في طبقة الزيت .

ادمصاص المواد الصلبة للمواد المذابة :

لبعض المواد الصلبة قدرة ادمصاص بعض المواد وفصلها عن محاليلها ، وذلك كادمصاص الفحم الحيواني للأصباغ والمواد الملونة والزيوت الطيارة ، وادمصاص الطينة المائنة للقلويات من محاليل كلوريد الصوديوم . وقد قدر بانكروفت قابلية ادمصاص الطينة المائنة للجير بمقدار ٣٠٠٠٠ رطل لكل قدم مربع من الطينة . كما قدر كل من « جيلار وكالدويل »^(١) قدرة ادمصاص الكاولينات للصودا الكاوية من محاليلها دون أن تظهر أي تفاعل قلوي مع دليل الفينولفتالين ، وبين الجدول الآتي النتائج التي حصلوا عليها . وقد يكون ادمصاص الحادث نتيجة لتفاعل كيميائي بين القلوي والكاولين :

كاولين شمال كارولينا	يتمص ١٢٥٪ من الوزن الجاف .
كاولين جورجيا	يتمص ١٠٠ - ١٢٥٪ من الوزن الجاف .
كاولين فلوريدا	يتمص ٢٢٥ - ٢٥٠٪ من الوزن الجاف :

(١) جيلار وكالدويل : قدرة ادمصاص الكاولينات للصودا الكاوية . جورنال جمعية الخرف الأمريكية ، ٤ ، ٤٦٨ ، - ١٩٢١ .

وقد وضع « فروبنديخ » العلاقة الآتية بين كمية المادة الماصة ووزن الجسم المدمص :

$$\frac{1}{n} (t m) = \frac{k}{k_0}$$

- حيث k كمية المادة المدمصة بالجرام .
 « k_0 وزن الجسم الماص بالجرام .
 « t تركيز المحلول بعد الامصاص .
 « m معامل نعومة الفقاعات المنتشرة .
 « $\frac{1}{n}$ مقدار ثابت لكل حالة .

وبين الجدول الآتي قيم كل من (m) ، $(\frac{1}{n})$ في أنواع الطين المختلفة :

نوع الطين	قيمة (m)	قيمة $(\frac{1}{n})$
بتونيت	٠.٨٩	٠.٥٨
طينة كنتوكي الكروية	٠.١٠٧	٠.٢٧
كاولين فلوريدا	٠.٠٨٩	٠.٣٣
الطينة الكروية الألمانية	٠.٠٨٠	٠.٢٠
طينة تنيسي الكروية	٠.٠٥٦	٠.١٦
كاولين كارولينا	٠.٠٤٧	٠.٢١
كاولين ديلاوير	٠.٠٣٦	٠.٢٦
طين صيني إنجليزي	٠.٠٣٢	٠.٢٦
كاولين جورجيا	٠.٠١٧	٠.١٥
كاولين كارولينا الجنوبية	٠.٠١٥	٠.١٤
طين ليمور الإنجليزي	٠.٠١٢	٠.١٩

ومن الملاحظ أن كمية المادة المدمصة تتغير عند وجود مواد ذائبة في الطين كما هو الحال في كاولين جورجيا الشديد النعومة :

كذلك لبعض أنواع الطين قدرة ادمصاص الأيونات القلوية من محاليل أملاحها مثل ادمصاص الطين لأيونات أيديروكسيد الأمونيوم من محلول كلوريد الأمونيوم وأيونات أيديروكسيد الباريوم من محلول كلوريد الباريوم وأيونات أيديروكسيد الألومنيوم من محاليل الشب وأيونات أيديروكسيد النحاسيك من محلول كبريتات النحاسيك . ولم تعرف بعد حالات يدمص الطين فيها أيونات حامضة من محاليل أملاحها^(١) .

كذلك تدمص الطينات اللازبة الجزيئات الكبيرة ذات الأبعاد الغروية من المواد المعقدة التركيب كادمصاصها لجزيئات السيلولوز والنشا وأخضر الملاخيت وأزرق الميثيلين ، ويحدث ادمصاص في هذه الحالات بدرجة تتناسب مع درجة غروية الطين . وقد استخدم « أشلي » هذه القابلية في طريقة تقديره لغروية محاليل الطين .

فعل المواد العضوية والبكتيريا بلازمية الطين :

سبق أن بينا في الباب السابق فعل تلك المواد في رفع غروية الطين ، وبالتالي فهي ترفع من لازيمته وتكسب مشغولاته قوى ميكانيكية تزيد على مشغولات نفس الطين الخالي من تلك المواد . كما ذكرنا أن من المواد العضوية ما يسبب خفض غروية الطين عند إضافتها إليه . وقد وجد كل من « حامور

(١) سوليفان : تقرير مصالحة المساحة الجيولوجية الأمريكية ، ٣١٢ ،

كوشمان : تقرير مصالحة الكيمياء الأمريكية ، ٩٢ ،

بلينتجر : علاقة العمليات الخرفية بالظواهر الغروية ، جورنال هندسة الكيمياء الصناعية ،

١٢٠ ، ٤٣٦ - ١٩٢٠ .

وجيل»^(١) أن لازبية الطين تزيد بمقدار يتراوح بين ٦٢- إلى أكثر من ٥٠٪ عن لازبيته العادية عند احتوائه على تلك المواد. ولا تكسب المواد العضوية ولا البكتيريا وحدها أية لازبية للطين وإنما يساعدان على زيادتها فقط خاصة عند ترك عجائن الطين فترات طويلة .

ويتساعد من عمليات تخمر تلك المواد غازات ثنائي أكسيد الكربون وكبريتيد الأيدروجين الناتج من تحلل الكبريتات الموجودة في الأجسام الطينية بفعل البكتيريا المختزل . كما قد يظن أن للبكتيريا أثرا فعالا في امتصاص كثير من الغازات المحبوسة داخل جسم المشغول الطيني وتوزيع المتبقى منها توزيعاً متجانساً داخل الجسم . ومن المعروف أن بقاء غاز ثنائي أكسيد الكربون وحده في الجسم الطيني يخفض كثيراً من لازبية الطين^(٢) .

فعل المواد العضوية والبكتيريا بعجائن التزجيج :

من المشاهد دائماً سرعة رسوب المواد المزججة وانفصالها عن عجائن التزجيج الزائقة وخاصة ما لا يحتوي منها إلا على قليل من مواد لازبية . إلا أن وجود الأصماغ وخاصة في وسط حامض يحدث تخمراً بعد مضي بعض الوقت ، ويسبب التخمر تعطيل رسوب المزججات . وينتج عن وجود المواد العضوية

(١) هاموروجيل : تأثير بعض الخلاصات على لازبية الطين . جورنال جمعية الخزف الأمريكية ، ٢ ، ٥٩٣ ، ٦٠١ ، ١٩١٩ .
(٢) ستوفر : نمو البكتيريا كدامل في تقادم لازبية خلطات الطين . نظورات جمعية الخزف الأمريكية ، ٥ ، ٣٥٨ ، ١٩٠٣ كيلروسيا مجنبرج : تسجيل ألماني رقم ١٤٠٤ / ٨٠ / ب ٢٩٠ أغسطس ١٩٠٦ .

واتس : نظورات جمعية الخزف الأمريكية ٦ ، ٥٢ : ١٩٠٤
آتشيسون : الطين قداماء المصريين : نظورات جمعية الخزف الأمريكية ٦ ، ٣١ : ١٩٠٤
مينتون : الاختبارات شرق آتشيسون « « « « ٦ ، ٢٣١ : ١٩٠٤
سبيرير : سبب تقادم لازبية الطين . جورنال « « « « ٤ ، ١١٣ : ١٩٢١
واهاين : نمو البكتيريا في عجائن التزجيج « « « « ٧ ، ١٦ : ١٩٢٤

ونمو البكتيريا في خلطات التزجيج ذات العجائن الزائقة أن يقيم لونها وينعم لمسها وتكتسب زيادة في قدرة تغطيتها وسهولة في تطبيقها . وينتج عن تخمر المواد العضوية ونمو البكتيريا تصاعد غازات كريهة الرائحة ، إلا أن إضافة بعض المواد المعقمة كالغورمالدهيد يوقف تصاعد هذه الغازات . وتضاف الأصماغ عادة إلى عجائن البطانات و خلطات التزجيج لرفع قدرة تجفيفها الميكانيكي ، ولتجنب تكون بعض العيوب الطبيعية مثل تكون الثقوب والشقوق الصغيرة في طبقات التزجيج (١) .

على أنه يجب الاحتراس والحذر عند استعمال هذه المواد في عجائن التزجيج من أن تسبب الزيادة في المحتويات الغروية كثرة التشقق الذي قد يتطور إلى تشريح وانتفاخ له خطره على طبقات التزجيج . كذلك تسبب المواد العضوية القابلة للذوبان في الماء تجمعات على سطح الأجسام عند تجفيفها تاركة الجسم من الداخل ضعيفاً ومحدثة قشرة سطحية يصعب التصاق طبقات التزجيج عليها .

تأثير التقادم في لازية الأجسام الطينية

عند ترك جسم طيني لازب مدة طويلة تزداد لازيته وتحسن خواصه فتزداد متانته ، كما يصبح أكثر انسياباً وطواعية في التشكيل وخاصة ما كان منه في الأصل ضعيف اللازية أو ما كان يحتوي على مواد غير لازية كالفسبار والزلط ، كذلك تنفتت الكتل المتماصة شديدة الصلادة الموجودة فيه، وذلك كما في حالات الطفل والطين الزلطي، إذ تتحول تلك الكتل إلى دقائق يسهل

(١) ويلسون : التشهير وتكون الثقوب في الفخار الأحمر تطورات جمعية الخرف الأمريكية

على الماء تخلصها . كذلك تنفتت الكتلة من الطينيات اللازقة مع مرور الزمن مما يسهل تخلل الماء في جميع مسامها . وتعرف اللازبية الناتجة عن مرور الزمن على عجائتها « بلازبية التقادم » وتصبح عجائن الطين المعدة للتشكيل بعد تقادمها ناعمة للمس وأكثر قابلية للتشكيل ، وتعطى عند تشكيلها أجساماً طينية ناعمة السطح ، قد خرج منها أكثر أو كل الهواء والغازات المحتبسة فيها ووزع ما بقى منها داخل الجسم توزيعاً متجانساً خلال الجسم كله . كذلك تنخفض درجات حرارة مراحل تزجيج الأجسام المتقادمة ويقل الانكماش فيها مما يجنبها عيوب التشقق والانتفاخ أو التهتك في عمليات تسويتها . وفضلاً عن ذلك فإن منتجات تسوية الأجسام المتقادمة تكتسب قوى ميكانيكية أعلى بكثير من قوى الأجسام التي سويت دون أن تتقادم . فقد وجد « ريدل وماك دانل^(١) » عند تركها لجسم بورسيلان طيني مدة ثمانية شهور في حالة لازبة قبل تسويته أن الجسم الناتج ازدادت فيه قدرة اختبار القطع من ١٣٩ر٨ إلى ٢٦٧ر٦ رطلاً على البوصة المربعة . كذلك لوحظ أن مشغولات الكاولين المحتوية على ١٦٪ طينة لازبة والتي تركت مدة على حالة لازبة قبل تجفيفها تكتسب خواص ميكانيكية أعلى من خواصها فيما لو جففت بعد تشكيلها مباشرة دون أن تترك فترة تقادم فيها .

ويرجع السبب في اكتساب الأجسام الطينية للميزات السابقة إلى زيادة لازبيتها نتيجة انتشار الماء انتشاراً متجانساً خلالها وخروج الهواء والغازات منها وازدياد التصاق أغشية الماء بسطح أجزائها مما يسبب زيادة تماسكها ، هذا

(١) ريدل وماك دانل : بعض أنواع البورسيلان . جورنال جمعية الخزف الأمريكية ، ١ ،

إلى تفككها إلى دقائق ترفع من غرويتها. كذلك تعمل المواد العضوية ونمو البكتيريا على رفع غرويتها. ويستعاض الآن في الصناعات الخرفية عن عملية التقادم هذه بعملية طرد الهواء والغازات من العجائن بتعريضها لآلات التفريغ كما سيأتي ذكره في عمليات الخرف.

لازمية الطين على ضوء نظريات تفسيرها

من تقديرات برتيلو على قوة الجذب الجزيئي بين جزيئات السوائل، وما دلت عليه نتائج الأبحاث التي قام بها بدجيت من وجود هذه القوة بين جزيئات أغشية السوائل وجزيئات سطح الأجسام الصلبة المتصقة بها وما ينتج عنها من تماسك بين السطحين الصليبين عن طريق غشاء السوائل بينهما، وما لاحظته دف من وجوب عدم تباعد الأجسام المتجاذب جزيئات سطوحها بقدر لا يزيد على 0.00005 ر. من المليمتر مع عدم تخالل هواء أو مواد غريبة أو خشنة بين السطحين المتلاصقين. ومن تطبيق شاتلي لتلك النتائج في حدوث التجاذب الجزيئي بين غشاء الماء وجزيئات سطح دقائق وحيبيات الطين وبين الجسيمات بعضها ببعض عند إحاطتها بغشاء الماء. وكذلك مما أوضحه جروت من وجود تجاذب بين جزيئات سطح الأجسام الطينية المحاطة بغشاء الماء، ومن تكوين محلول غروي من الدقائق عند انتشارها في وسط انتشار الماء والذي يعمل كوسط مشحم يسهل انزلاق المواد الخشنة في الجسم بعضها فوق البعض، ومن أن هذه الحالة من تجاذب ومحلول غروي لا تتكون بدرجة كافية لإحداث التماسك بين الأجزاء الكبيرة لتباعد جزيئاتها السطحية تباعداً

تندعم فيه الجاذبية بين كل سطح والآخر ، في حين أن ازدياد تكون الحالة
الغروية و حدوث الجذب الجزئى يوجدان عند ازدياد نعومة الأجسام. ولتقارب نتائج
حساب جروت لكميات الماء اللازمة لتكوين الأغشية المائية حول الأجزاء
فى الجسم الطينى ، مع ما يلزم الجسم من ماء التليين لإحداث اللازبية فيه ، وما
حققه بوردى من صحة نتائج جروت .

كذلك نستنتج من أعمال هوفمان على قدرة ادمصاص الكاولينا للماء ،
وما قدره سيرنج ومن تقديرات من قبله من مبلغ قوة التوتر السطحي الناتجة
من ادمصاص الأسطح الصلبة لأغشية السوائل عن طريق الخاصة الشعرية وعملها
على الاحتفاظ بشكل الجسم ثابتاً ضد عوامل الجاذبية الأرضية وعوامل
الاحتكاك .

من كل البحوث والنتائج السابقة يمكن أن تفسر سبب لازبية الطين بأنها
ترجع بصفة أساسية إلى قوة الجذب الجزئى بين جزيئات سطح كل من جسيمات
الطين وجزيئات الأغشية المائية المحيطة بها ، وكذلك قوة الجذب الجزئى بين
جزيئات سطح المواد الخشنة المغلفة بغشاء من الماء كما تقاربت بعضها من البعض
قرباً يسمح بوجود الارتباط بينها وبين باقى الجسم ، وبأن قوة الجذب والارتباط
هذه هى التى تسبب للجسم اللازب تماسكاً يكفى للاحتفاظ بشكله الخارجى ،
وبأن المحلول الغروى الناتج عن انتشار دقائق الطين فى الماء يكون فى الجسم
بمثابة وسط مشحم لمواده الخشنة وحبيباته مما يسهل انزلاقها بعضها فوق البعض
وانسياب الجسم وطواعيته للتشكيل عندما يقع تحت تأثير ضغط خارجى يتغلب
على قوة تماسكه السابقة .

وقد وضع « بول »^(١) صورة شبيهة بالوصف السابق يبين فيها بنية الأجسام الطينية اللازبية ، وأن بنية هذه الأجسام متكونة من أجسام خشنة وحبيبات معلقة في محلول غروي من دقائق الطين المنتشرة في الماء ، وذلك بخلاف الأجسام اللازبية من مواد غير طينية عادة ذات تركيب عضوي مثل مواد البلاستيك التي تتكون من أجزاء متجانسة .

أما العوامل التي ترفع من لازبية الطين فهي وجود بعض المركبات الذائبة التي تعمل على زيادة قوة التوتر السطحي للماء وعلى رفع قوة تشحيم المحلول الغروي المحيط بالحبيبات والأجسام الخشنة .

كذلك تعمل المواد العضوية والبكتيريا على زيادة غروية الطين ولازبيته . كما يؤدي تقادم الطين اللازب أو عمليات تفتيته وطرده الهواء والغازات منه إلى زيادة لازبيته وتجانس بنية أجسامه .

وعند زوال الغشاء المائي وخروج الماء من الجسم الطيني اللازب في أثناء تجفيفه تقرب المواد الخشنة والحبيبات بعضها من البعض حتى تتلامس أطرافها وتركد الدقائق فيما بين الأجسام الأولى فيزداد الارتباط بين جميع مكونات الجسم لما يحدث من تلامس محكم بين سطوحها محدثاً التماسك وثبات الشكل بعد التجفيف ، وتتكون متانة الجسم بدرجة تكفي لإتمام انكماشه وخروج ماء المسام في عمليات التسوية المبكرة تحت تأثير ثقله وحده أو تحت تأثير ثقل مجموعات الرصوة بعضها فوق البعض دون أن يتفتت أو يتشوه شكله .


(١) بول : بنية أجسام اللازبية من الناحية الغروية ، جورنال جمعية الخرف الأمريكية

(٨) ٩٤٦٤ : ١٩٢٢ .

درجات إنهاك الطين

وجدنا أن الأجسام اللازبة تحتاج إلى قدر معين من الضغط حتى تبدأ في انسيابها ، كما وجدنا من قانون حسابات لازبية المواد الصلبة إلى أن هذا القدر من الضغط يتوقف على نوع المادة ودرجة لازبيتها . ويعرف مقدار الضغط اللازم للتغلب على قوة تماسك الجسم حتى ينساب حجم معين منه في وحدة زمنية هي الثانية بضغط الإنهاك أو « درجة الإنهاك » وتقدر هذه الدرجة بوحدات من الجرام للسنتيمتر المربع . وتزداد درجة الإنهاك بزيادة يبوسة الجسم أي عند ضعف لازيبته ، كذلك تتناسب درجة الإنهاك مع كثافة الجسم ، وتقل بارتفاع درجة الحرارة إلى حد معين يفقد الجسم بعده لازيبته ، وعليه يمكن القول بأن درجة إنهاك جسم طيني تتناسب عكسياً مع لازيبته . ويوضح الشكل رقم (١٣) العلاقة بين معدل انسياب السوائل الحقيقية والضغط الواقع عليها في المنحنى (أ) . ويبين المنحنى (ب ح) العلاقة السابقة في حالة مادة دهان وحالة عجائن طين زلقة ، أما المنحنى (ب هـ) فيبين العلاقة النظرية السابقة في حالة عجائن طين خفيفة . ويبين المنحنى (ج) تلك العلاقة في عجائن طين لازبة . أما المنحنى (د) فيبين نفس العلاقة في حالة عجائن يابسة للطين .

وتتراوح درجات إنهاك الطين اللازب بين ٣٣ — ٨٤ رطلاً على البوصة المربعة . وقد وجد أن زيادة الضغط المستعمل لإحداث بدء الانسياب في عجينة من الطين تتناسب عكسياً مع مقدار الماء اللازم لعمل عجينة الطين مما سنجد تطبيقه في طرق التشكيل المختلفة عند الكلام عن عمليات التشكيل للأجسام الطينية .

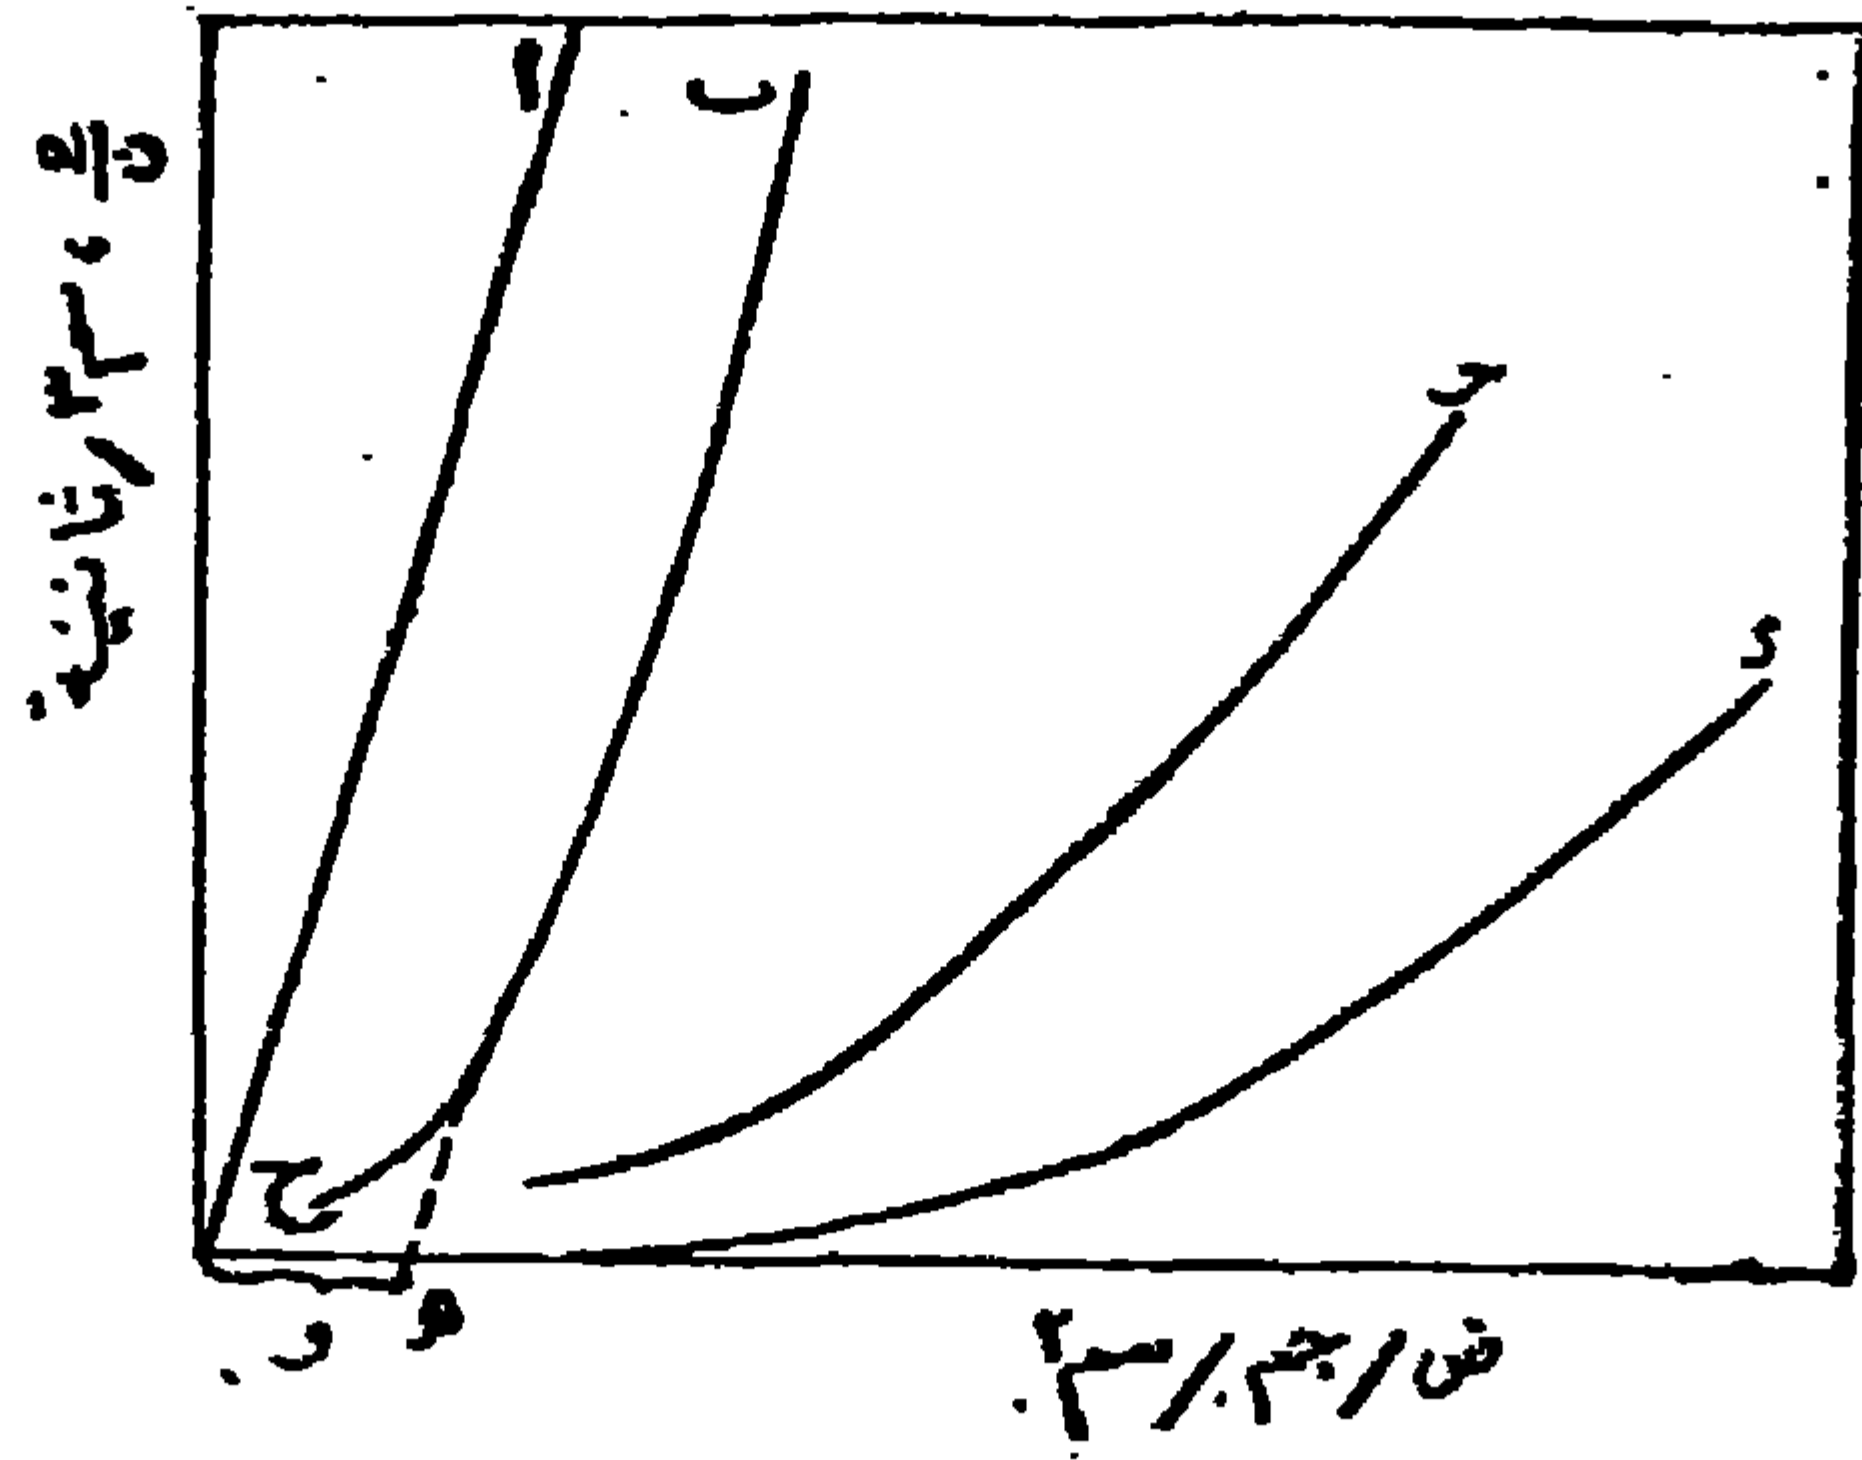

(شكـ ١٣)

ماء اللازبية :

ماء اللازبية أو ماء التلين هو كمية ثناء اللازمة لعمل عجينة معتدلة اللازبية صالحة للتشكيل . وتحسب هذه الكمية من الماء على أساس وزن الطين الجاف . وتتفاوت كمية ماء اللازبية تفاوتاً كبيراً في أنواع الطين ، فهي عالية في حالة الطينات شديدة النعومة منخفضة في حالة السكاولينات الخشنة .

درجات اللازبية

لا توجد وحدات رياضية مشتركة للتعبير عن لازبية الطين، وذلك لاختلاف تكوينه وتجانسه ، وإنما تقارن اللازبية في الطين بثلاث درجات وذلك بالنسبة لما تحتاج إليه من ضغط في عمليات التشكيل . وهذه الدرجات هي :

١ — اللازبية الضعيفة : وتوصف بها عجائن الطين الخشن اليابسة صعبة

الانسياب . وتحتاج العجائن ذات اللازبية الضعيفة إلى درجات إنهاك كبيرة .
ومن أنواع الطين ضعيف اللازبية الكاولينات .

٢- اللازبية المعتدلة : وتوصف بها عجائن الطين ذات الانسياب المعتدل ،
وتحتاج إلى درجات إنهاك متوسطة لإحداث انسيابها . والعجائن ذات اللازبية
المعتدلة هي أنسب العجائن للتشكيل وأقدرها على الاحتفاظ بأشكالها وتماسكها .

٣ - اللازبية الشديدة : وتوصف بها عجائن الطينات ذات درجات
النعومة العالية والانسياب السهل . ودرجات إنهاك العجائن الشديدة اللازبية
منخفضة . وعجائن هذه الطينات ضعيفة التماسك لا تحتفظ بأشكالها بعد تشكيلها .
كذلك تحتاج إلى ماء غزير لعجنها . ومن أمثلة الطينات شديدة اللازبية
الطينات اللازقة وأشباه الطين مثل البنتونيت .

وتوازن عجائن الطين للحصول على درجة معتدلة من اللازبية ، وذلك
بمخاط كميات مناسبة من المواد الخشنة إلى شديدة اللازبية منها ، أو من المواد
شديدة اللازبية إلى ضعيف اللازبية منها .

وتقارن لازبية الأجسام الطينية المتساوية في درجات إنهاكها بمعدل انسياب
كل منها ، فالعجائن التي هي أسرع في الانسياب هي الأشد في اللازبية .

قياس لازبية الطين

تقاس لازبية الطين بعدة طرق ، منها ما هو مباشر ، ومنها ما هو غير مباشر .
وتشمل الطرق المباشرة والطرق التي تقاس فيها لازبية العجائن بتقدير مباشر ،

ولا تعطى هذه الطرق نتائج عديدة عادة وإنما تعتمد في تقديرها على المقارنة النسبية . ومن الطرق كثيرة الاستعمال في قياس اللازبية بطريق مباشر :

١ - التشغيل اليدوي : يمكن لليد المدربة أن تشعر بمقدار اللازبية في عجائن الطين والإحساس باعتدالها في مختلف أنواع الطينات . ولا تلتصق الطينات معتدلة اللازبية باليد ولا بين الأصابع عادة . وتجمع في هذه الطريقة عدة عوامل من قوة التماسك وقدرة التبسيط ومقاومة الضغط والمط والالتواء والانضغاط دون أن تتشقق . كذلك تكون الطينات المعتدلة في لازبيتها سهلة التشكيل محتفظة بشكلها بعده .

وطريقة التشغيل والاختبار اليدوي في تقدير اللازبية المعتدلة من أقدم الطرق المستعملة في هذا الغرض وأكثرها انتشاراً في الأعمال الصناعية . وتساعد هذه الطريقة الحرفاء على تقدير اعتدال اللازبية دون استعمال أجهزة .

٢) طريقة الحبل الثني^(١)

٣) طريقة الضغط الآلي^(١) . وفيها يقدر كل من عاملى درجة الإنهاك وسهولة الانسياب . ويعتمد التقرير في هذه الطريقة على مقارنة العينة المختبرة بأخرى قياسية في اعتدال لازبيتها . أو يقارن معدل انسياب الطينة المختبرة بمعدل انسياب طينة قياسية لها نفس درجة إنهاك العجينة المختبرة . أو بالعكس ،

(١) تراجع تفاصيل الطرق في الجزء الخامس بالعمل من الكتاب .

وذلك بمقارنة درجتي إنبهك الطين المختبر مع عينة قياسية لها نفس معدل الانسياب ، وتعتبر العجينة التي تحتاج إلى درجة إنبهك أقل أشد لازية .

٤) اختبار تشويه كرة من الطين ^(١) : وقد وضع الاختبار كل من « سترنجر » و « إامورى » ^(٢) ولا يعطى الاختبار نتائج دقيقة وخاصة عندما تكون الطينة شديدة اللازية تحتوى على كثير من الماء ^(٣) .

٤) طريقة بنجام وجرين ^(١) : يستخدم في هذه الطريقة جهاز قياس لزوجة العجائن الزلقة بعد إدخال تعديلات عليه ليناسب قياس اللازية . وتشمل تلك التعديلات استعمال ضغط هواء خارجي لدفع العجائن في أنابيب الجهاز واستعمال مقاييس ضغط دقيقة لتقدير الضغط المستعمل . كذلك عدلت نسبة طول الأنابيب إلى بعد أقطارها تعديلاً يتناسب مع مرور عجائن الطين اللازب بها . كما نظمت سرعة انسياب الطين داخل الأنابيب بدرجة يمكن بها إهمال حساب طاقة الحركة ^(٤) . ويقدر الجهاز بعد ما أدخل عليه من تعديلات لازية الطين تقديراً نسبياً، وذلك إما بقياس درجة الإنبهك عن طريق قياس الضغط اللازم لبدء انسياب الطين خلال إحدى فتحات الانسياب، وإما بقياس سرعة الانسياب الناتجة من استعمال وحدة من وحدات الضغوط، وذلك بعد طرح مقدار الضغط اللازم لبدء الانسياب . وقد يعبر عن معدل انسياب الطين بوزن مقدار الطين

(١) تراجع تفاصيل الضرق في الجزء الخاص بالعمل من الكتاب .

(٢) ميللور : لازية انضين . جورنال جمعية الخرف الإنجليزية ، ٢١ ، ٩٣ — ٩٤ ،

٢١ : ١٩٢٢ .

(٣) هول : لازية انضين . جورنال جمعية الخرف الأمريكية ، ٥ ، ٣٤٦ : ١٩٢٢ .

(٤) بنجام وهنرى جرين : خطط الجمعية الأمريكية لاختبار المواد : ١٩١٩ .

الخارج من نهاية أنابيب الجهاز قبل ففده لقوة تماسكه^(١) ، إلا أن ناتج الوزن الأخير يختلف باختلاف قابلية الطين على عمل حبل منتظم متجانس ناعم السطح خال من التشقق أو من نواحي الضعف الأخرى، ويصعب الحصول على مثل هذه الحالة لتعرض الحبل الناتج من عملية الانسياب لعوامل التشويه المستمرة قبل أن يفقد تماسكه .

٦) مقياس اللازبية لإمبلي^(٢) : الأصل في استعمال الجهاز هو قياس لازبية اللاط والمصير وقدرتهما على تغطية الجدران . ويستعمل الجهاز الآن في مصلحة المقاييس لقياس لازبية الطين^(٣) على أساس أن الماء في عجينة الطين ومقاومة الأخيرة لعوامل التشويه دلالتان على اللازبية . ويسمى ناتج الطريقة « بعدد اللازبية » للطين المختبر ، وهو يدل على خاصية ادمصاص الطين للماء ومقاومته للانسياب ، ويتناسب عدد اللازبية عكسياً مع اللازبية .

(١) ستوفر وايندلاى : مذكرة عن علاقة قياس اللازبية بقوة التماسك . تطورات جمعية الخزف الأمريكية ، ٧ ، ٣٩٧ : ١٩٠٥ .

(٢) إمبلي : جهاز قياس اللازبية . تطورات جمعية خزف الأمريكية ، ٥٢٣ : ١٩١٧ . كيركباتريك وأورانج : اختبار لازبية الطين والجرى بمقياس اللازبية بمصاحبة المقاييس الأمريكية . جورنال جمعية خزف الأمريكية ، ١ ، ١٧٠ : ١٩١٨ ، نشرة الصناعة لمصاحبة المقاييس الأمريكية .

كوكس ويول : دراسة اللازبية بطرق الخزاف العملية . جورنال جمعية الخزف الأمريكية ، ٧ ، ١٥١ : ١٩٢٤ .

(٣) ترونج تفاصيل الطريقة في الجزء الخاص بالعدلى من الكتاب . إمبلي : تطورات جمعية الخزف الأمريكية ، ١٧ ، ٥٢٦ : ١٩١٧ .

وبين الجدول الآتي أعداد لازبية بعض أنواع الطين من تقدير مقياس
لازبية الطين لإميلي :

عدد اللازبية	نوع الطين
٠ر٣٩٧	طينة تنيسي الكروية
٠ر٥٦١	طينة كنتوكي الكروية
٠ر٥٦٧	كاولين اللينوي
٠ر٦٠٠	كاولين ميرى لاند
٠ر٦٨٢	كاولين فلوريدا
٠ر٧٩٠	كاولين جورجيا
٠ر٨٧٩	طين نيوجرسي الحراري
٠ر٩٩٢	كاولين كارولينا الشمالية
١ر١٢٠	طين صيني إنجليزي
١ر٣٧٠	كاولين ديلاوير
١ر٨٣٠ - ١ر٠٥٠	أجسام بورسيلان

الطرق غير المباشرة في تقدير لازبية الطين :

وفيها يستدل على اللازبية من نتائج بعض العوامل المتعلقة بها . وتشمل
العوامل الدالة على لازبية الطين :

(١) ماء اللازبية أو ماء التلين ، وتقدر إما بقياس نسبة ماء اللازبية
مباشرة ، وإما بحساب عدد اللازبية « لأتريج » .

(٢) معامل الانكماش الحجمي الجاف ^(١) .

(١) سيتناول الموضوعان في بايهما في الجزء الخاص بعمليات الخزف من الكتاب

(٣) ماء الأدمصاص .

(٤) متانة الطين في كل من حثيه اللازبية والجافة .^(١)

(٥) لزوجة عجائن الطين .

(٦) غروية الطين .

(١) تقدير ماء اللازبية^(٢) : تقدر نسبة ماء اللازبية من الفرق بين وزن

عينة لازبة من الطين ووزنها بعد التجفيف من :

$$100 \times \frac{\text{وزن عينة لازبة من الطين} - \text{وزنها الجاف}}{\text{وزن العينة الجاف}}$$

مثال محلول : احسب نسبة ماء اللازبية لطين لازب صالح للتشكيل ،
وذلك إذا كان وزن العينة اللازبية ٢٣٨ جراماً ، ووزنها بعد تجفيفها
هو ١٩٨ جراماً .

$$\text{نسبة ماء اللازبية} = 100 \times \frac{198 - 238}{198} = \underline{\underline{20.2\%}}$$

ولا تصلح نتائج هذه الطريقة إلا على الأنواع المتشابهة في التركيب
الميكانيكي فقط ، إذ إن لازبية الطين لا تتوقف فقط على ماء اللازبية ،
فالدرجة نعومة الطين وتدرجها عامل كبير من عوامل اللازبية بجانب
ماء اللازبية .

(١) سيتناول الموضوعان في بابهما في الجزء الخاص بعملية الخزف من الكتاب .

(٢) تراجع تفاصيل الطريقة في الجزء الخاص بالعمل من الكتاب .

٢ رقم اللازبية لأتريبرج^(١) : وضع « أتريبرج » طريقة لتقدير لازبية الطين بطريق غير مباشر ، وذلك باستخراج نسبة الماء اللازم لتحويل لازبية الطين من حالة عدم قابليته للتشكيل إلى حالة ينساب فيها انسياباً تلقائياً . وذلك يفرضه أن اللازبية المعتدلة هي وسط حسابي بين حالي اليبوسة والزلاقة ، وأن اللازبية تتغير بتغير كمية الماء في جسم العجينة إذ تزداد بازدياد ما بها من ماء . وأطلق أتريبرج ناتج الطريقة اسم (رقم اللازبية^(٢)) إلا أن نسبة ماء اللازبية المعتدلة لا يلزم أن تكون وسطاً حسابياً بين نسبي الماء في حالي اليبوسة والزلاقة ، إذ قد يكون لنوعين من الطين نفس رقم اللازبية لكنهما في الوقت نفسه مختلفان بقدر كبير في مقدار الماء اللازم لتكوين حالة معتدلة اللازبية فيهما ، وبالتالي يصبح رقم اللازبية الناتج من الاختبار غير مساو لنسبة ماء اللازبية المعتدلة .

وقد راجع « كينيسون » تلك الطريقة في مصلحة المقاييس الأمريكية^(٣) .
وقسم أتريبرج حالات الطين حسب ما بها من ماء إلى خمس ، هي :

- (١) حالة أقصى حدود الميوعة ، وفيها تنساب العجينة كإسياب الماء .
- (٢) الحد الأعلى للازبية ، وفيها تكون العجينة زلقة غير صالحة للتشكيل . ويمكن في هذه الحالة امتزاج كتلتين من الجسم الطيني معاً عند وضعهما في إناء ضحل وطرقه بشدة على راحة اليد .
- (٣) حالة اللزق أو القوام المعتدل لعجينة الطين ، وهذه هي أنسب

(١) تراجع تفاصيل الطريقة في الجزء الخاص بالعمل من الكتاب .

(٢) أتريبرج : التقرير الدولي لعلم التربة : ١٩١١ .

(٣) كينيسون : دراسة طريقة أتريبرج لقياس اللازبية ، النشرة الصناعية لمصلحة المقاييس بولايات المتحدة الأمريكية ، ٤٦ ، ٣ : ١٩١٥ .

حالات اللازبية الصالحة للتشكيل . وفيها لانزق العجينة بسطح قزى يلمسها .

(٤) الحد الأدنى للقتل : وهي الحالة التي تفقد فيها العجينة قدرتها على تكوين جبل عند فركا بين راحتي اليد أو بين سطحين . وهذه هي حالة أدنى قابلية للتشكيل وتحتاج إلى ضغط كبير لبدء انسيابها .

(٥) حالة يكون فيها الطين المبتل غير قادر على التماسك عند ضغطه أو تشكيله . وقد استبعد أتريبرج في طريقته الحانتين الأولى والخامسة ، وقدر ماء اللازبية في كل من الحالتين الثانية والرابعة وهما الحدان الأقصى والأدنى من حالات قابلية التشكيل . واستخرج عدد لازيته من متوسط نسبة ماء اللازبية فيهما .

(٣) تقدير ماء الامصاص :

وجد « كيلر »^(١) أن نسبة الماء المدمص بواسطة الطين الجاف تحت ظروف منتظمة من الرطوبة تناسب مع لازبية الطين . وقد أجرى كيلر تجاربه على ادمصاص أنواع من الطين ذات لازيات مختلفة ، وحفظ العينات المختبرة فوق مجول ١٠٪ من حامض الكبريتيك .

وقد لاحظ كيلر من تجاربه أن درجة حرارة الطين ترتفع بارتفاع قابلية الامصاص ، الظاهرة المعروفة بتأثير بوليت وبين الجدول الآتي النتائج التي حصل عليها كيلر :

(١) كيلر : البريشة ، ١٨ : ١٩١٣ .

أنواع الطين	نسبة الرطوبة الدمصة	تأثير بويليت سعر/١٠٠ جم
طين هيرتسو	٣ر٠٣	٧٩ر٦
كولين تسيتيلتز	٥ر٨٨	٩٩ر١
طين لوترشيم	٧ر٥١	١٧٤ر٧
طين فلدشتين	٨ر٠٠	١٨٣ر٠
طين لوتيان	٩ر٠٣	١٩١ر٩
طين لوتيان ناعم	٩ر٥٢	٢٧٦ر٤
طين ابرنهان	١١ر٥٦	٣٠٥ر٩
كوارتز ناعم	٠ر٧٠	١٤ر٧
كوارتز خشن	٠ر٤٠	—
كولين تسيتيلتز	—	—
المكس في ١٤٠٠ م°	—	٢٨ر٠

ويتبين من النتائج السابقة ازدياد كميات الحرارة بازدياد نسبة الرطوبة
الدمصة، نتيجة لزيادة مساحة السطح الماص الناتجة عن زيادة نعومة الجسم
ولازيئته .

(٤) قياس لزوجة عجائن الطين : وجد^(١) « بلينتجر » أن انسياب العجائن
الزئقة يتناسب عكسياً مع لزوجتها، وأن كمية الماء اللازمة للحصول على درجة
لزوجة معينة لعجينة زئقة تتناسب مع أرقام لازيية هذه العجائن . لذلك فمن
الممكن تقدير لازيية الطين تقديراً غير مباشر وخاصة في عجائمه الزئقة بذاتة
لزوجة هذه العجائن .

(١) بلينتجر : نظواهر لغروية المصاحبة لعمليات الخزفية . جورنال هندسة انكبياء
الصناعية ، ١٢ ، (٥) ، ٤٣٧ ، : ١٩٢٠ .

وتقدر لزوجة عجائن الطين الزلقة إما :

(أ) بتقدير الزمن اللازم بالثانية لانسياب حجم معين من العجينة خلال فتحة قياسية في درجة حرارة معينة . وإما .

(ب) بتقدير القوة اللازمة بالداين لتحريك مساحة معينة على سطح العجينة بسرعة معينة في درجة حرارة معينة .

ونكل من الطريقتين أجهزتها الخاصة لقياس اللزوجة .

(هـ) قياس غروية الطين اللازب ^(١) : من المعروف أن لازبية الطين

ترجع مباشرة إلى الحالة الغروية ، لذلك وضع « آشلي » طريقة غير مباشرة لتقدير لازبية الطين عن طريق قياس المواد الغروية في عجائنه ^(٢) . وقد بنى آشلي طريقته على أساس تقدير كمية الصبغ المدمص من محلوله بواسطة الدقائق ، ومقارنة الناتج بكمية صبغ أخرى مدمصة في عينة من طين قياسي في لازبيته . على أنه ليس من اللازم أن تكون قدرة ادمصاص الطين للصبغ واحدة في جميع المواد الغروية الموجودة في الطين . كذلك قد تؤثر الأملاح الموجودة في الطين على قدرة ادمصاصه للصبغ ، فتحتوى الطينة الكروية القائمة مثلا على كميات كبيرة من الغرويات العضوية التي تختلف في قدرة ادمصاصها للصبغ عن قدرة ادمصاص دقائق الطين له . وعلى ذلك يكون تقدير آشلي لغروية الطين عن طريق ادمصاص غير متوقف فقط على غروية الطين نفسه .

(١) آشلي : تقدير المواد الغروية في الطين . النشرة الصناعية لصاحبة المقاييس الأمريكية ،

٢٣ ، ٤٠ : ١٩١١ .

(٢) يراجع تفاصيل الطريقة في الجزء الخاص بالعمل من الكتاب .

مسائل

١ — احسب ماء اللازبية في الأجسام الطينية الآتية :

(٣)	(٢)	(١)	
٨١ر٩٩	٨١ر٢٠	٨٧ر٨٥	وزن العينات اللازبية :
٥٤ر٨٣	٥٤ر١٩	٦٣ر٣٦	وزن العينات بعد التجفيف :

٢ — احسب نسبة ماء الادمصاص في عينات الطين الآتية ، وذلك من

البيانات الموضحة أمام كل منها :

رقم	وزن جاف	وزن رطب	رقم	وزن جاف	وزن رطب
١	٢٨ر٤٠	٢٨ر٧٥	١١	٢٥ر٢٠	٢٦ر٧٠
٢	٢٩ر١٥	٢٩ر٣٠	١٢	٢٥ر١٠	٢٦ر١٠
٣	٢٩ر٢٠	٢٩ر٢٥	١٣	٢٥ر٤٠	٢٦ر٤٥
٤	٢٩ر١٠	٢٩ر٥٠	١٤	٢٧ر٦٠	٢٧ر٩٤
٥	٣٥ر٨٠	٣٦ر٢٠	١٥	١٦ر٤٠	١٦ر٥٥
٦	٣٠ر٠٥	٣٠ر٢٥	١٦	٢٧ر٥٨	٣٠ر٤٠
٧	٢١ر٨٥	٢٢ر٠٥	١٧	٢٤ر٢٠	٢٦ر٤٠
٨	٣٣ر٩٥	٣٤ر٧٠	١٨	٢٣ر٩٠	٢٥ر٦٥
٩	١٤ر١٥	١٥ر٩٥	١٩	٢٦ر٩٠	٢٩ر٤٨
١٠	١٩ر٣٠	٢١ر٥٥	٢٠	٢٦ر٢٥	٢٨ر٧٢

ملحقات الكتاب

مشاهير علماء الخزف

الأستاذ إدوارد أورتون (الصغير).

أول أستاذ لقسم الخزف في جامعة أوهايو بأمريكا . ومن أهم أعماله تخطيط تقسيم الطين وفصله بين الأنواع التبقية والأنواع المنقولة في قسمين رئيسيين، ثم قسم كل قسم إلى أنواع . كما درس تأثير الحرارة على أنواع الطين، وكون نظاما للمخاريط الحرارية يعرف باسمه ويستعمل في صناعة الخزف بأمريكا ، وتشبه مخاريط أورتون في ترقيمها مخاريط سيجر، إلا أنها تختلف عنها في دلالتها الحرارية . وإلى أورتون يرجع الفضل في تنظيم صناعة الخزف في أمريكا ووضع قواعدها المضبوطة، وهو أول من شغل منصب سكرتير جمعية الخزف الأمريكية .

بارتو :

قام بتحليل الصخور النارية المصرية ضمن تحاليله لمجموعات الصخور النارية العالية .

بانكروفت :

من أهم من قام بالبحث والاستقصاء في الغرويت . وتعد مؤلفاته مستندا في هذا الباب .

باون :

اشترك مع غيره من أعضاء معهد « كارنيجي » بواشنطن في البحوث

على التفاعلات الحرارية للسيليكات ودراسة أحوال انصهارها وتجمدها ، وله في ذلك نظريات ممتازة .

بطرس :

اشترك مع « فيرثيلد » في مصلحة المقاييس الأمريكية في وضع طرق جديدة لقياس الارتفاع في درجات حرارة تسوية المشغولات الخزفية داخل القمائن والأفران .

بايننجر :

شغل منصب مدير لقسم البحوث الخزفية في مصلحة المقاييس الأمريكية ، وله نظرياته في تقسيم الطين اللازب ، وله أعمال وبحوث في فعل المواد المتأينة والضغط والحرارة بأنواع الطين المختلفة .

بنجام :

قام بأبحاث على ميكانيكا لازبية الطين .

بوردي :

وهو ممن شغل منصب السكرتير العام لجمعية الخزف الأمريكية .

بون ، ج :

اشترك مع « بيدنل » في الدراسة البتروجرافية للمعادن المكونة للصخور المصرية .

بول ، ج . ١ :

قام مع « ستل » بأعمال البحوث في تطوير عمليات تجفيف وتسوية

الأجسام الطينية في مصلحة المقاييس الأمريكية . ووضع صورة تبين بنية عجائن الطين اللازبة .

بيدتل :

اشترك مع بول ج . وغيره في تجهيز القطاعات الميكروسكوبية لعينات الصخور المصرية ، وفي فحصها ودراساتها وتبعية تحليل معادنها الفلستيرية إلى مادة الكاولين والمواد الطينية .

درسلر ، فينيب :

من أشهر مهندسي تصميمات أفران التسوية ، وصاحب الجزء الخاص باتفاق التسوية في كتاب الخزف « لملك نامارا » .

روزنتال ، إيرنست :

من أشهر رجال الخزف في العصر الحالي . نشأ في عائلة روزنتال المؤسسة لصناعة الخزف في « بافاريا » ببلدة « زاب » بألمانيا . حصل على بكالوريوس الكيمياء والطبيعة من جامعة « ميونخ » وعمل في مصانع روزنتال . وقام بزيارات دراسية لمصانع الخزف في شمال مقاطعة « استافوردشير » بإنجلترا ، ثم رحل إلى أمريكا حيث أسس مصانع روزنتال للبورسيلان ، وعمل مستشاراً فنياً لعدة مصانع أخرى للخزف . واستفادت منه البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية في صناعة كثير من منتجات الخزف الحرارية والعوازل الكهربائية والألكترونية التي عاونت في انتشار الأسلحة الذرية . وهو الآن المشرف على مصانع روزنتال بزلب بألمانيا مع اتصاله بمصانع « بولرز » المتحدة « بنتون » التي تنتج العوازل الكهربائية لشركة « زينيث » الكهربائية

المتحدة، وشركة « بونس » وشركة « وكواكوفز » المتحدة وشركات
« ريدجواي » و « آدلي » المتحدة و « لاوي » المتحدة من شركات
إنتاج الخزف .

الدكتور ريز ، هنريش :

قام بدراسة جيولوجيا الطين وتوزيعه في الطبيعة .

ستيل :

اشترك مع بول . ج . ا في دراسة تطورات عمليات تجفيف وتسوية
الأجسام الطينية ، وتوصل إلى وضع قواعدها الأساسية . كذلك قام بدراسة
عمليات أكسدة شوائب الكربون والكبريت والحديد في الأجسام الطينية
في أثناء تسويتها .

سيجر ، هيرومان :

عمل مديراً لمعمل البحوث في مصنع البورسيلان الإمبراطوري في برلين .
وهو أول من عنى بالأبحاث الخزفية العلمية ، ودون نتائجها في مجموعة من
الرسائل أخذ عنها جميع من اشتغل بعده في الخزف ، وهو أول من استعمل
المخاريط الحرارية في الاستدلال على درجات حرارة تسوية الأجسام الطينية ،
وله مجموعته المعروفة باسمه . ومن أهم دراساته الأخرى ألوان الأجسام بعد
التسوية وتركيب الطين وشوائبه القابلة للذوبان .

شوريشث :

قام بدراسة وقياس أبعاد جسيمات الطين .

فيرشيلد :

اشترك مع بطرس في مصلحة المقاييس الأمريكية في استحداث طرق لقياس ارتفاع درجات الحرارة في قنّان وأفران التسوية .

لنجواى ، إينيس :

قامت بوضع تقسيم دقيق للمجففات وأفران التسوية .

لو كاس :

مدير قسم الكيمياء الأسبق في الحكومة المصرية . قام بتحليل الكيميائى لبعض الصخور النارية انصرية .

ميللور :

كيميائى خزف إنجليزى . قام بدراسات واسعة النطاق على أنواع الطين ومواد الخزف ، وحصل على نتائج طيبة فيها ، وله طرقه المعروفة فى تحليل الطين . شغل مركز سكرتير عام الجمعية الكيميائية الإنجليزية .

هيوم :

المستشار الجيولوجى الأسبق للحكومة المصرية . قام بدراسة جيولوجية مصر ووضع لها مؤلفاً ضخماً يتكون من أربعة مجلدات ضخمة ، وبعد مرجعاً عاماً فى المادة .

واتس :

له مع تلامذته نتائج كثيرة فى لزوجة السيليكات فى درجات الحرارة المختلفة وعلاقتها بتكويناتها الزجاجية والمتبلورة .

واشبيرن :

له مع معاونيه في جامعة « اللينوى » بأمريكا بحوث ونتائج تقديمية في المسامية . واستحدث طرقاً أكثر دقة عن سابقتها في تقديراتها .

ودجوود ، جوسيا :

من أشهر خزافي الإنجليز وفريد جميع عصور الخزف . جمع بين الفن والعلم وإدارة الأعمال . ولد في « بير سليم » بإنجلترا عام ١٧٣٠ من عائلة عريقة في الخزف . وكان إنتاجه عن دراسة وتجارب على انخامات المحلية ، وأخرج منها الخزف الزلطي ومنتجات « جاسبر البورسيالان » كما استعمل في تزجيجاته المزججت ، وكان يسميها « الزجاج الزلطي » . ومن منتجاته الفنية قطع « الكميور » التي تهافتت على اقتنائها ملكات عصره ، فصنع منها « لشارلوت » ملكة إنجلترا طقماً للشاي وآخر للقهوة مزخرفاً باللون الأخضر النذهب . وطابت منه « كاترين » قيصرية روسيا صناعة طقم أطعمة ، جهزه وصور على كل قطعة منه لوحة من اللوحات الإنجليزية المشهورة .

القياسية لثقب المناخل (١)

(٢٤)

عدد الثقب	امتحان انظماً %		قطر السالك	فتحة ثقب المناخل		رقم المناخل
	في أقصى	في متوسط		بوصة	مم	
٢٦	١	٥	١	٥	٥	٢ 1/2
٣٠	١	٥	١	٥	٥	٣
٣٦	١	٥	١	٥	٥	٣ 1/2
٤٢	١	٥	١	٥	٥	٤
٥٠	٢	٥	١	٥	٥	٥
٥٨	٢	٥	١	٥	٥	٦
٦٨	٢	٥	١	٥	٥	٧
٧٩	٣	٥	٢	٥	٥	٨
٩٢	٣	٥	٢	٥	٥	١٠
١٠٨	٤	٥	٢	٥	٥	١٢

٤٤٤

عدد التفتوح	امتحان الخطأ %	قطر السالك	فتحة ثقب المنخل	رقم المنخل
بوصة	في متوسط الفتحة	بوصة	بوصة	
١٢.٥٦٧	١٠	٠.٢٤	٠.٥٥٧	١٤
١٤.٥٧٠	١٠	٠.٢١	٠.٤٦٨	١٦
١٧.٥٧١	١٠	٠.١٨٧	٠.٣٩٤	١٨
٢٠.٥٧١	٢٥	٠.١٦٥	٠.٤٢	٢٠
٢٣.٥٦١	٢٥	٠.١٤٦	٠.٣٧	٢٥
٢٧.٥٥١	٢٥	٠.١٢٩	٠.٣٣٤	٣٠
٣٢.٥٣	٢٥	٠.١١٣	٠.٢٩	٣٥
٣٧.٥٢٨	٢٥	٠.٠٩٨	٠.٢٥	٤٠
٤٣.٥١٧	٢٥	٠.٠٨٥	٠.٢٢	٤٥
٥٢.٥١٤	٤٠	٠.٠٧٤	٠.١٩٨	٥٠

اجوبة المسائل

الباب الرابع:

- ١- نسبة المواد الطينية ٦٠٫٩١٪
 نسبة الكوارتز ٢٩٫٧١٪
 نسبة الفلسبار ٩٫٣٨٪
 ٢- نسبة المواد الطينية ٥٩٫٦١٪
 نسبة الكوارتز ٣٥٫٩٧٪
 نسبة الفلسبار ٤٫٤٢٪
- ٣- (أ) ٣٩٫٥١٪ لو ٣١٫٥٧٪ س ١٣٫٩٢٪ يد ٢ ا .
 (ب) ١٨٫١٨٪ لو ٣١٫٨٨٪ س ١٦٫٩٤٪ يو ٢ ا .
 (ج) ٥٦٫٠٠٪ كا ١، ٤٤٫٠٠٪ ك ٢ .
 (د) ١٦٫٢٣٪ ص ١، ٣٦٫٦٢٪ ب ٢، ٤٧٫٢٥٪ يد ٢ ا .
 (هـ) ٧١٫٨٥٪ لو ٣، ٢٨٫١٥٪ س ٢ ا .

٤ -	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
نسبة الرطوبة ٪	٤٫٦٢	٨٫٠٦	٠٫٢٦	٤٫٩٩	٢٥٫٩٢	٢٢٫٤٧
نسبة الفقد في الوزن بعد التسوية :						
(أ) بالنسبة للوزن الرطب ٤٫٨٥	٨٫٧٧	٠٫٢٦	٥٫٢٥	٣٥٫٠٠	٢٨٫٩٨	
(ب) بالنسبة للوزن الجاف ١٥٫٥٥	١٩٫١٥	١٤٫٤٤	٥٫٤٦	٣١٫٢٥	٣٥٫١٢	
(ج) بالنسبة للوزن بعد التسوية	١٨٫٨٢	٢٣٫٦٩	١٦٫٨٧	٥٫٧٨	٤٥٫٤٥	٥٤٫١٣

٥ - ٢١,٩٥ ٪

٦ - ٦,٤٤ ٪ بالنسبة للوزن الجاف، ٦,٨٨ ٪ بالنسبة للوزن بعد التسوية

٧ - (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨)

س ا ٢	٤٤٣	٦٥١	٣٧١	٦٨٣	٤٩٦	٤٦٧	٤٦٣	٣٥٨
ط ا ٢	٣٨٧	١٦٤	١٦٤	٣٩٧	١٧٥	٤٦٤	١٦٤	١٤٥
ح ا ٢	٥٠	٤٢	٤٤	٠٨	١١٥	٤٥٨	١٥	٦١
ما	٠٢	٠٤	١٤٧	٠٢	٨٤	٢٧	١١٩	١٣٢
كا	٠٢	١١	١٤	٠٢	٥٨	١٧٦	٤٩	١٤٢
(بوهص) ا	٥٠	٣٥	١٥	٥٠	٥٠	٥٠	١٠٧	١١
يد ا	١٤١	٧٢	١٠٤	٩١	٤٨	١١٢	٦٢	٣٢
تي ا	١٥	١٣	١٥	١٢	١٩	١٢	—	—
ك ا ٢	—	١١	١٢٦	—	—	١٥٩	١٦	١١٩

٨ - الفلبسبار ٦٥٩

حجر كورنوول ٧٤٨

اسبارا كسفورد ٥٠٩٨٧

اسبارا بكنجام ٥٢٤٥٤

اسبارا جووفراي ٦١٣٧٤

٩ - الفاسبار الصوديومي :

٩٩١٣ ر. ل. ٢ ا. ٣	٩٧٩ ر. ص. ٢ ا.
٠٠٨٧ ر. ح. ٢ ا.	٠٣٦ ر. ب. ٢ ا.
	٠٤٨ ر. ك. ١ ا.
	٠٣٠ ر. م. ٢ ا.

الشفول الطيني
٠٧٧ ٠٤١

٩٤٩ ر. ل. ٢ ا. ٣	٠٧٠ ر. ب. ٢ ا.
٠١٥ ر. ح. ٢ ا.	٠٧١ ر. ص. ٢ ا.
٠٣٦ ر. ب. ٢ ا.	٠٣٦٤ ر. ك. ١ ا.

الطين :
٠٥١ ر. -
٠٢١ ر. ب. ٢ ا.

٠٠ ر. ل. ٢ ا. ٣	٠١٣ ر. ص. ٢ ا.
٠١٢ ر. ح. ٢ ا.	٠١٦ ر. ك. ١ ا.
	٠٢٢ ر. م. ١ ا.

الطين :

٠٠ ر. ل. ٢ ا. ٣	٠٢٨ ر. ب. ٢ ا.
٠٠٨ ر. ح. ٢ ا.	٠٤٨ ر. ص. ٢ ا.
	٠١٠٠ ر. ك. ١ ا.
	٠٢٣ ر. م. ١ ا.

۳۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

۳۳۲۲۱۳

(۱۰)

رطوبة	ليونييت	أنورثيت	أورتوكيز	سكارتز	كلوين
١٣٥	٠٧١	١٧٣	٤٩٣	٣١٥٥	٥٩٧٢ — ١
٠٠٦	١٢٥	١٩٥	٥٠١	١٢١٤	٧٩٤٢ — ٢
٢٥٩	١٤٢	—	١٧٨٢	٠٢٤	٧٧٩٤ — ٣
٠٢٢	٣٢٠	٠٧٠	٨٣٥	—	٨٧٨٨ — ٤
١٨٠	٠٢٦	—	٢٥٦٢	١٤٨٥	٥٧٨٠ — ٥
٠٠٤	١٢٥	٢٨٤	٥٧٩	٢٨٦٣	٦١٨٠ — ٦
٠٩٥	١٠٣	٣٢٣	٦١٥	٢٩٧٠	٥٨٩٢ — ٧

التلوى : صودا

رطوبة	لحمية	أنورثيت	ألبت	كوارتز	كاولين
١٤٦	٠٧١	١٧٣	٦٨١	٣٠٤٠	٥٨٥٥ — ١
٠٢٥	١٢٥	١٩٥	٦٨٢	١١١٨	٧٨٤٥
٣١٧	١٤٢	—	٢٥١٨	٤٠٩	٧٣٨٣
٠٥٠	٣٢٥	٠٧٠	١٢٠٧	١٩٢	٨٥٨٢
—	٠٣٦	—	٣٦٠٩	٩٣١	٥١٩٠
٠٢٥	١٢٥	٢٨٤	٨٢٨	٢٧٣٣	٦٠٢٠
١١٩	١٠٣	٣٢٣	٨٧٩	٢٨٢٤	٥٧٢٠

١٢ — ١ — ٢٦٩٥ — ٢ — ٧٦٤

١٣ — ٩٤٠٠٪

١٤ — (أ) — ١٣٩٤٪ — (ب) — ٤٧١٢٪ — (ج) — ٤٤٪

١٥ - خطافات الفخار الإنجليزية :

٦	٥	٤	٣	٢	١
٢٠	٢٣,٣٣	٢٦,٦٦	٣٤,٤٤	٤٦,٦٧	٥٢,٢٢
٤٥,٧٤	٣٦,١٧	٢٨,٧٢	٣٨,٣٠	٢٥,٥٣	٢٥,٥٣
١٥,٣٣	١٢,٨٨	١٢,٦٦	١١,٠٠	٦,٦٦	٤,٣٣
١٩,٧٢	٣٣,٦١	٣١,٩٤	١٦,٢٢	١٨,٩٦	١٧,٩٥

١٦ - خام الطين ٩٢٧,٦٦ رطلا

خام الاسبار ٢٨٥,٧١ »

خام الزلط ٤٥٥,٥٦ »

١٧ - ٥٦,٧٤ جم . كلوريد باريوم متبلور .

١٢٣,٨١ جم . كربونات باريوم .

- ١٨ - نصف كجم . كاوريد باريوم متبلور .
 ٦٤٧٥ ر . كجم . أيدروكسيد باريوم مائي .
 ١٠٦ ر . كجم . كربونات باريوم .
 ١٩٦٧ ر . % كبريتات ذائبة .

١٩ - ٥٢٦ جم

٢٠ - ٦٠ جم .

٢١ - ٨٨ جم .

- ٢٢ - (١) ٢٥ % ، (٢) ٣٥ % ، (٣) ٣٦ % ، (٤) ٣٧ % ،
 (٥) ٣٨ % ، (٦) ٢٠ % .

٢٣ - انخامات					
نسب انخامات في الخلطات بعد التعديل					
المستعملة	أ	ب	ج	د	هـ
بجائيت	٣١ر٨٠	٣٥ر٢٣	٣٢ر٥٥	١٥ر٨١	٢١ر٠٩
طين صيني	١٩ر٧٨	٢١ر٨٣	٣٨ر٤٤	٣٦ر٣٢	٢٥ر٩٢
طينة بيضاء	٣٦ر٠٤	٢٦ر٧٦	١٣ر٣٦	٢٠ر٥٣	٢٥ر٦٥
زلط	١٢ر٣٨	١٦ر١٨	١٥ر٦٥	٢٧ر٣٦	٢٧ر٣٧

الباب الخامس :

- (١) (أ) ٤٢٩ر٦ سم^٢ ، (ب) ٣٨٩ر٤ سم^٢ ، (ج) ١٣٩ر٤ سم^٢ .
 (٢) (أ) ٢٠١ر٤ سم^٢ ، (ب) ١٤٦٣ر٢ سم^٢ ، (ج) ٦٠٤ر٤ سم^٢ .
 (٣) (أ) ١ر٨٤ مم ، (ب) ٠ر٩٤ مم ، (ج) ٠ر٧٣ مم ، (د) ٠ر٣١٤ مم ،
 (هـ) ١ر٣٧ مم ، (و) ٠ر٦٨ مم .

الباب السابع :

(١) — ١ — ٤٨,٦٥٪

٢ — ٤٩,٨٤٪

٣ — ٤٩,٥٣٪

رقم	نسبة ماء الادمصاص	رقم	نسبة ماء الادمصاص
١	١,٢٣	١١	٥,٩٥
٢	٠,٥١	١٢	٣,٩٨
٣	٠,١٧	١٣	٤,١٣
٤	١,٣٧	١٤	١,٢٣
٥	١,١٢	١٥	٠,٩٢
٦	٠,٦٧	١٦	١٠,٢٣
٧	٠,٩٢	١٧	٩,٠٩
٨	٢,٢١	١٨	٧,٣٢
٩	١٢,٧٢	١٩	٩,٥٩
١٠	١١,٦٦	٢٠	٩,٤١

قاموس المصطلحات

- ١ — اختبار الجليخ .
- ٢ — مادة جليخ
- ٣ — امتصاص .
- ٤ — مقتطعات : دورية تنشر ملخصات البحوث .
- ٥ — أقلية .
- ٦ — لاذق ، لاصق
- ٧ — ادمصاص : امتصاص سطح الجسم الصلب .
- ٨ — راسب طيني هوائي .
- ٩ — أجملوليث : مادة حرارية مصنوعة من البيروفيليت .
- ١٠ — كذافة البحر : طحلب ينمو في بحار الصين واليابان يستعمل الجاف منه مادة لاصقة .
- ١١ — تقادم الطين .

- ١٢ - تدرية : فصل الطين الناعم بتعريضه لتيار من الهواء .
- ١٣ - تحليل جيولوجى : تغير فى تركيب وطبيعة المعادن والصخور .
- ١٤ - ألومينا : أكسيد الألومينيوم .
- ١٥ - حراريات ألومينية : تحتوى على أكثر من ٤٥ ٪ منها ألومينا .
- ١٦ - ألندم : مادة حرارية تصنع من البواكيت .
- ١٧ - غير متبلور : صفة للمواد الخالية من النظم البلورية مثل الزجاج .
- ١٨ - تخمير : تبريد الجسم الخزفى ببطء بعد تسويته .
- ١٩ - جذب كهربى مصعدى .
- ٢٠ - علم الأثرولوجيا : المتعلق بوصف الإنسان وتاريخه الطبيعى .
- ٢١ - مسامية ظاهرية .
- ٢٢ - ثقل نوعى ظاهرى .
- ٢٣ - ملحقات الكتاب .
- ٢٤ - فرن قوس كهربى .
- ٢٥ - الخزف الفنى .
- ٢٦ - مصنوع : ما يصنع ليحاكى مثيله الطبيعى .
- ٢٧ - أحجار صناعية .
- ٢٨ - تجميع : عملية تكوين الجسم المتعدد الأجزاء

٢٩ — أوتوكلاف : فرن مخارى حابك .

٣٠ — تشكيل بالساف الميكانيكى .

٣١ — بكتيريا : نبات ميكروسكوبى .

٣٢ — خزانة حرارية — حائط من طوب حرارى يعمل مع موقد القمين :

خزانة تنظم سير تيارات الهواء الساخن الداخلى إلى القمين بحيث يتجه إلى أعلى ولا يصطدم بالأجسام السوأة .

٣٣ — باريا : أكسيد باريوم .

٣٤ — برخان : كتيب هلالى الشكل ذو انحدار بسيط فى اتجاه الريح

مع انحدار أشد يبلغ ٣٠° من الأفق فى الاتجاه الآخر المستدير .

٣٥ — فرصة : جسم مستدير رقيق من الخزف يستعمل كأداة تشكيل،

كما يطلق على نوع من أدوات الرص .

٣٦ — ثنائى المحور الضوئى : بلورات تتخذ فيها الأشعة الضوئية مسارين

رئيسيين مختلفين عند الفحص البتروجرافى للمعادن ، وذلك كما فى بلورات

نظم المعينى والأحادى انيل والثلاثى الميل .

٣٧ — مادة رابطة .

٣٨ - القديد^(١) : الجسم الطيني بعد عملية تسويته الأولى دون أن يطل
بعلبة تزجيج .

٣٩ - مرحلة التقديد .

٤٠ - اسوداد داخل الجسم : ظاهرة تحدث عند تسوية بعض المشغولات
الطينية المحتوية على كبريت وحديد تسوية من درجات حرارة منخفضة .

٤١ - أسمنت حديدى .

٤٢ - انتفاخ : نتيجة تمدد غازى داخلى عند تسوية الجسم .

٤٣ - بورى : موقد غازى له مورد من الهواء أو الأكسجين
المضغوطين .

٤٤ - الزجاج الأزرق : بلورات كبريتات النحاسيك المائية .

٤٥ - عجان : آلة ذات قلابات أو حادقات لتفتيت كتل الطين
وخلطها بالماء لتكوين عجينة .

٤٦ - نار .

٤٧ - جسم : يستعمله الخزافون للدلالة على المشغول الطينى أو الخزفى،
أما التعريف العلمى للجسم فهو الجزء من المادة .

٤٨ - غلاية .

٤٩ - رماد العظام : متخلف حريق العظام ، يتكون من فوسفات

(١) المصدر : الخزف والأشغال اليدوية ١٩٤٩ .

وكربونات الكالسيوم . يستخدم كأداة كتامة بيضاء وككون في خلطات
صيني العظام . ويصنع من كستة عظام الثيران عادة .

٥٠ - صيني العظام : نوع من الصيني الإنجليزي يمتاز بلونه الأبيض
وشفافته العالية .

٥١ - بورق ، بوراكس : بي بورات الصوديوم .

٥٢ - قنينة وتجمع على قناني .

٥٣ - جلود : كتلة من صخر يزيد قطرها على ١٠ سم ، وتجمع
على جلاميد .

٥٤ - طوبة : جسم من مواد البناء الخزفية على شكل متوازي
مستطيلات .

٥٥ - هس .

٥٦ - حركة براون .

٥٧ - قحى : نون غلاف حبة القمح ، أو لون الجلد البشري الفاتح .

٥٨ - مسامية كنية .

٥٩ - ثقل نوعي خارجي .

٦٠ - حلقة بولر الحرارية .

٦١ - تقرير : من الدوريات .

٦٢ — حافظة تسوية .

٦٣ — تزجيج جيرى .

٦٤ — كلستة : عملية تسخين المادة فى الهواء لتفتيتها أو لطردها منها من ماء ومواد متطايرة، والأصل فى العملية هو تسخين الحجر الجيرى لتحويله إلى جير حى المعروف قديماً باسم الكلس .

٦٥ — كلس (١) .

٦٦ — قطع الكاميو : قطع خزفية فنية من إنتاج الخزاف ودوود ذات تزجيج زخرفى بالحنفر .

٦٧ — كاربورندم : مادة حرارية أو جانحة أو كهربية تتركب من كربيد السيليكون .

٦٨ — خاصة شعرية : ارتفاع السوائل فى الأنابيب الشعرية ضد الجاذبية الأرضية تحت تأثير التوتر السطحي .

٦٩ — خرسانة خزفية : مادة حرارية تخطط بالماء وتصب حيث تتجمد كخرسانة الأسمنت .

٧٠ — تشكيل بانصب .

٧١ — جذب كهربى مهبطى .

(١) مجموعة رسائل جابر بن حيان .

٧٢ — أخضر سيلانديني لون نبات أخضر مصفر .

٧٣ — أسمنت .

٧٤ — قوة طاردة مركزية : القوة الناشئة عن دوران جسم بسرعة كبيرة حول مركزه . تستعمل في أعمال فرز السوائل حيث يطرد الخفيف نحو الخارج منفصلاً عما به من مواد صلبة أو سوائل ثقيلة التي تستقر في الوسط .

٧٥ — خزف .

٧٦ — منتجات الخزف .

٧٧ — أوعية الخزف ، أجسام خزفية

٧٨ — خزف «إيطالي» .

٧٩ — خزف «فرنسي» .

٨٠ — خزاف .

٨١ — تشقق .

٨٢ — بورسيلان : كيميائي : منتجات البورسيلان المستعملة في الأغراض

الكيميائية ، تمتاز بمقاومتها لفعل الكياويات .

٨٣ — صيني : نوع من منتجات الخزف الطيني الراقى العديم المسام ،

ذو بنية صماء كثيفة ذات شفافية جزئية ، يلي البورسيلان في الصلادة

والرنين ، تصنع منه أواني الطعام عادة .

٨٤ — اختبار حمولة الصيني .

٨٥ — تقشير طبقة التزجيج .

٨٦ — الفخار الشيسترني نوع من فيانس خشن البنية يكثر فيه الأنواع ذات طبقات تزجيج سوداء أو قاتمة ، كما يغلب فيه زخرفة تحت التزجيج بطينات مختلفة الألوان : وكانت تعمل منتجات هذا الفخار لحكام إقليم شيتو بفرنسا في القرن السادس عشر ومنه اشتق الاسم .

٨٧ — الاسم الإنجليزي القديم للطين .

٨٨ — طين

٨٩ — خزف طيني

٩٠ — حالة طينية .

٩١ — مادة طينية .

٩٢ — عجينة ضنية أو صلصال .

٩٣ — مشغول طيني : جسم طيني

٩٤ — حصى الأسمنت .

٩٥ — ماس مسدودة .

٩٦ — ركود الدقائق .

٩٧ — غروي .

٩٨ — كيمياء غروية .

٩٩ — محلول غروي .

١٠٠ — حالة غروية .

- ١٠١ - مادة تلوين .
- ١٠٢ - ماء ارتباط .
- ١٠٣ - لجنة : مجموعة من الأعضاء لبحث أمر .
- ١٠٤ - طوب بلدى
- ١٠٥ - فخار عادى .
- ١٠٦ - مركب معقد : مركب تتعدد فيه الشقوق الحامضة أو القاعدية .
- ١٠٧ - مكون .
- ١٠٨ - تركيب : تعبير عن مكونات مركب .
- ١٠٩ - مركب : مادة متجانسة تتكون من اتحاد أكثر من عنصر .
- ١١٠ - محارى : شكل ذو خطوط مقوسة متوازية أو متجمعة ، أشبه بمكسر قطعة من الزجاج السميك .
- ١١١ - مجرى : قناة لنقل السوائل .
- ١١٢ - مخروط .
- ١١٣ - متوافق .
- ١١٤ - ثابت الصهر : درجة الحرارة التي يحدث عندها التوازن بين مصهور مادة وصبها وهي درجة الانصهار .
- ١١٥ - خط الازدواج : خط التقاء نظامين فى تخطيط بيانى .
- ١١٦ - قوام : حالة السائل من غلظ أو رقة .
- ١١٧ - تكوين : نوع وطبيعة مكونات جسم .

- ١١٨ — معاصر .
- ١١٩ — مجفف مستمر .
- ١٢٠ — فرن مستمر .
- ١٢١ — نفق تجفيف مستمر .
- ١٢٢ — نفق تسوية مستمر .
- ١٢٣ — طاجن .
- ١٢٤ — منحى التبريد .
- ١٢٥ — مرحلة التبريد .
- ١٢٦ — كبريتات الحديدوز المائية .
- ١٢٧ — شرح : كسر فاصل طويل في الجسم .
- ١٢٨ — انفصال طبقات التزجيج .
- ١٢٩ — فخار غير متزجج .
- ١٣٠ — بلورة خفية : مرحلة بدء التبلور ، تلاحظ على هيئة مجموعات مما تظهره من خواص ضوئية في الضوء المتحلل .
- ١٣١ — بلورة — كريستال : جسم ذو شكل هندسى منتظم وترتيب جزئى معين . ويطلق الخزافون الاسم على أنواع السيليكا النقية ذات الشفافية الجزئية . أما الكريستال الزجاجى فهو الزجاج ذو الصفاء الشديد .
- ١٣٢ — تزجيج بلورى .
- ١٣٣ — معادن سيايكت الألومنيوم المتبلورة ، أو معادن أشباه الطين .

- ١٣٤ — بلورى : عكس غروى .
- ١٣٥ — نظام بلورى مكعب : ما كان لباوراته ثلاثة محاور متساوية متعامدة
- ١٣٦ — كسر الزجاج .
- ١٣٧ — طرد الهواء من الطين : معالجة عجينة الطين بتقطيعها وتفتيتها
وهرسها تحت مفرغة هواء . وقد تجرى العملية بنت العجينة وتبطينها وضربها
باليد . وتحسن العملية من قوام العجينة ولازيتها وخواص جسمها بعد
تجفيفه وتسويته .
- ١٣٨ — تير ، هشيم : تراب الصخر . أو فتته .
- ١٣٩ — ورق الطبع ، ديكال .
- ١٤٠ — تلف^(١) : تحلل تدريجى فى المواد العضوية .
- ١٤١ — جرانيت متحلل .
- ١٤٢ — تحلل^(١) : تجزؤ مركب إلى مواد أبسط منه دون أن تعود
الأجزاء إلى حالتها الأولى بعد زوال المؤثر .
- ١٤٣ — زخرقة .
- ١٤٤ — زخرف .

(١) نشرة بحم لغة العربية ، لجنة الكيمياء والتصيدلة، دورة المؤتمر ٢٥ ، ٣١ ، ٣٢ ،
١٩٥٩/٥٨ .

١٤٥ — إعادة انتشار : إعادة الدقائق الراكدة إلى حالة الانتشار في وسط سائل .

١٤٦ — تشويه .

١٤٧ — فساد^(١) : انحطاط يحدث للخلايا أو الأجسام المكونة فتقل قيمتها الوظيفية .

١٤٨ — فقد الماء .

١٤٩ — ضار .

١٥٠ — كثافة : وزن وحدة الحجم .

١٥١ — أسمنت الأسنان .

١٥٢ — تعرية^(٢) : الأثر الذي تحدثه العوامل الطبيعية في الصخور فتفتتها وتزيحها ليتعرض سطح جديد منها لنفس العوامل .

١٥٣ — تدهور^(١) : انخفاض تدريجي في فعالية بعض المواد بمضي الزمن .

١٥٤ — تبلور الزجاج : بدء تحول البنية لزجاجية إلى بلورات أو بلورات خفية ، وذلك عند تجمد المصهور عند تبريده ببطء شديد ، أو بعد مضي مدد طويلة جدا على تخزين الزجاج أو استعمالها أو وجود مواد تساعد على العملية مثل المواد المتطايرة . وتضعف العملية من متانة الجسم الزجاجي وطبقات الزجاج

(١) نشرة مجمع اللغة العربية ، لجنة الكيمياء ، وأصدت دورة المؤتمر ٢٥ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ١٩٥٩/٥٨ .

(٢) حسن صادق : الجيولوجيا ، ٨٤ ، ١٩٢٩ .

١٥٥ — فرز غشائي^(١) .

١٥٦ — طوب ديامل : طوب حراري ماغنيسيومي يحتوي على معدن
الاسبينيل ، إنتاج شركة فيترافرا كس .

١٥٧ — ثابت العزل الكهربائي : العدد الدال على نقطة التعادل الكهربائي
لمحلول غروي .

١٥٨ — قابلية الانتشار .

١٥٩ — المختار : نوع من الدوريات .

١٦٠ — عملية هضم كيميائي^(١) : معالجة المواد بالكيمويات أو بالتسخين
مع الضغط ، كذلك تفكيك المواد بكيمويات قوية ، مثل حامض
الكبريتيك المركز .

١٦١ — غمس .

١٦٢ — وعاء غويط - طبق .

١٦٣ — تفتت^(١) : انقسام المادة إلى فتات إما تلقائياً كما في العناصر المشعة ،
وإما بواسطة عوامل التعرية كما في تفتت الصخور، وإما بواسطة عوامل كيميائية .

١٦٤ — انتشار غروي .

(١) نشرة مجمع اللغة العربية لجنة الكيمياء والصيدلة دورة المؤتمر ٢٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ،

٣٩ : ١٩٥٩/٥٨ .

١٦٥ - تفكك^(١) : انقسام المادة إلى مكونات أبسط منها مع تمكن عودتها إلى حالتها الأولى عند زوال المؤثر .

١٦٦ - دولاب التجفيف : مجفف نصف ميكانيكي نصف متسمر ؛ يتكون من خانات متحركة توضع فيها الأجسام الطينية على أو داخل قوالب من الصيتر لتجف وتفصل عنها .

١٦٧ - أكثرية .

١٦٨ - قمين لفتح نازل .

١٦٩ - برنج : مشغول أسطواناني أجوف ذو مقطع كبير غير متزجج . يستعمل في نقل مياه المجارى .

١٧٠ - قطيرة .

١٧١ - تشكيل بالضغط الجاف .

١٧٢ - مجفف : مكان تجفيف الأجسام الطينية .

١٧٣ - عملية تجفيف .

١٧٤ - مرحلة التجفيف .

١٧٥ - كثيب^(٢) : تل الرمال المستديرة الحسبات ذات الأحجام

(١) نشرة مجمع اللغة العربية ، لجنة الكيمياء والصيدة دورة المؤثر ٢٥ ، ٤٥ ، ١٩٥٩/٥٨ .

(٢) حسن صادق : الجيولوجيا ٤١ ، ٨٨ : ١٩٢٩

المتساوية ، يتراوح ارتفاعه من بضعة أقدام إلى عشرات الأمتار ، سهل الانحدار في اتجاه الريح ، شديده في الاتجاه الآخر .

١٧٦ — تكسر : تحطيم الأجسام الساخنة عند سرعة تبريدها .

١٧٧ — تراب ، غبار ، عثير : التراب جسيمات صلبة جافة سائبة راكدة والغبار تراب منتشر في الهواء على حالة غروية .

١٨٨ صبغ : مادة تلوين ذات تركيب عضوي تذوب في السوائل .

١٧٩ — اختبار امتصاص الأصباغ : اختبار نوعي للكشف عن المسام الدقيقة في الأجسام الخرفية ذات البنيات الزجاجية العالية .

١٨٠ — سد^(١) : عرق من صخر تصلب من مصهور معدني بعد دخوله في شقوق أو فواصل مستطيلة تخترق صخورا أخرى .

١٨١ — الفخار الأبيض .

١٨٢ — تزهير : عملية تطاير الماء المرتبط عند تعرض المادة المائية للهواء ، وهي عكس التميع ، كذلك توصف عملية تبخر مياه المحاليل الشعرية المتصاعدة على سطح الجسم تاركة مجموعات من مسحوق أو قشور المواد على شكل ريم أو أزهار .

(١) حسن صادق : الجيولوجيا ، ٤١ ، ٨٨ ، ١٩٢٩

١٨٣ — الصينى اليابانى :

نوع رقيق من الصينى ذى الشفافية الجزئية اشتهر بصناعته اليابانيون .

١٨٤ — المرونة

١٨٥ — بورسيلان كهربائى : بورسيلان ذو بنية زجاجية عالية عديم

المسام يستعمل فى العوازل الكهربائية .

١٨٦ — تحليل كهربى : تقسيم المادة إلى شقيها الموجب والسالب واتجاه

الأول نحو المهبط والثانى نحو المصعد عند إمرار تيار كهربى مستمر فى محلولها .

١٨٧ — جذب كهربى : اتجاه الدقائق نحو قطب كهربى فى الحالات الغروية .

١٨٨ — جذب كهربى أوزموز

انتقال المحاليل المائنة خلال الأغشية تحت تأثير قوى كهربية .

١٨٩ تصويل^(١) : عملية غربلة الطين بالماء لغرض تنقيته حيث ترسب

المواد الخشنة أولاً ، أما الناعم فيحمله تيار الماء ويرسبه فى مكان بعيد بعد

أن تضعف قوة التيار .

١٩٠ — مستحلب .

١٩١ — مينا .

١٩٢ — تحول جيولوجى باطنى .

(١) قاموس شرف ، ١٩٢٦ .

١٩٣ — تفاعل ممتص للحرارة .

١٩٤ — بطانة

١٩٥ — إرج : وحدة الشغل المطلقة : وهي مقدار الشغل الذي تصممه قوة قدرها دابن عندما تحرك نقطة تأثيرها في اتجاه مسافة سنتيمتر واحد .

الدابن = $\frac{\text{جرتة}}{\text{عجلة الغازية}} = \frac{1}{979}$ في القاهرة

١٩٦ — تعرية .

١٩٧ — إستر : مركب عضوي ينتج من اتحاد حامض مع كحول وخروج للماء .

١٩٨ — علم الاشتقاق : مبحث في أصل الأسماء .

١٩٩ — أيونيكت

٢٠٠ — تركيب أيونيكتي .

٢٠١ — نقطة أو درجة . الأيونيكت : درجة الحرارة التي يجمد عندها تركيب أيونيكتي .

٢٠٢ — محلول أيونيكتي : محلول صلب محدود نسب مكوناته ، يتجمد في درجة حرارة خاصة به .

٢٠٣ — حالة أيونيكتية : تجمد مصهور من عدة مكونات متزججة بنسب محدودة في درجة حرارة معينة .

٢٠٤ — تبخير : تحويل سائل إلى الحالة الغازية بالتسخين .

٢٠٥ - تبخير .

٢٠٦ - تفاعل طارد للحرارة .

٢٠٧ - تمدد .

٢٠٨ - أس : عدد مرات ضرب العدد في نفسه .

٢٠٩ - ثابت الأس .

٢١٠ - التشكيل بالندفع .

٢١١ - طوب الوجهات .

٢١٢ - عامل : عدد يضرب في ناتج حسابي لتعديله أو تصحيحه .

٢١٣ - فيانس - بندقي : الاسم الفرنسي للتخار الأبيض الراقى المتزجج بطبقة تزجيج شفافة ، صنع في فرنسا منذ القرن الثانى عشر ، وسمى كذلك بالنسبة لمدينة فينسيا أو البندقية الإيطالية أصل صناعته .

٢١٤ - الأسمت الحديدى .

٢١٥ - صقل سطح الجسم الخزفى . عملية تشطيب سطح الجسم الخزفى للحصول على سطح أملس ناعم قبل تزجيجه .

٢١٦ - ليفى - وبرى

٢١٧ - غشاء .

٢١٨ - رشيع : السائل الذى ينفذ من مرشح .

٢١٩ - كعكة الترشيح : الصلب المتماصك المتبقى على المرشح

٢٢٠ — مرشح بانضغظ : جهاز فصل الماء أو السائل الزائد من العجائن الزلقة لتحويلها إلى عجائن لازبة بواسطة الضغط خلال مرشحات متينة .

٢٢١ — نعومة ، دقة : تنهى صغر الحجم .

٢٢٢ — تشطيب : العمليات النهائية في الصناعة أو التجهيز .

٢٢٣ — مكان النار .

٢٢٤ — منتجات طين طبقات الفحم : المشغولات الحرارية التي يغلب في تكوينها طين طبقات الفحم مع مسحوق خشن .

٢٢٥ — عزل حرارى .

٢٢٦ — تسوية : عملية تسخين الأجسام الطينية في درجات حرارة كافية لتحويلها إلى أجسام خزفية .

٢٢٧ — حلقة حرارية : جسم على شكل حلقة مصنوع من الكاولين أو أى مادة حرارية أخرى ، توضع مع الأجسام الطينية عند تسويتها لقياس درجات حرارة العملية عن طريق قياس مقدار ما يحدث فيها من انكماش ، ومعايرة مقداره بالتدرج الحرارى على قرص متصل بها من النحاس الأصفر .

٢٢٨ — مساعـد رص : حامل حرارى للأجسام الطينية الضخمة أو السميكة الجدران كأدوات الصحية أو للأجسام ذات الأجزاء الضعيفة الاتصال كما فى بعض التماثيل : توضع لحفظ تلك المشغولات من التشويه فى أثناء تسويتها .

٢٢٩ — بنية صفحية : كالطفل والطلق .

٢٣٠ - تذهب سطح الجسم الخزفي : شمليّة يكتسب فيها سطح الجسم الخزفي المحتوى على نسبة عالية من الحديد والمواد القلوية لونا ذهبيا أو بنيا محمرا لامعا عند معالجته بماء الطعام أو البوراكس في ظروف حرارية وجو تسوية خاصة .

٢٣١ - منتجات مسطحة : أوعية عديدة أو قليلة الغور .

٢٣٢ - ركود ، تلبد .

٢٣٣ - انسياب : تحرك جميع أجزاء الجسم بمعدل واحد تحت تأثير الضغط .

٢٣٤ - قابلية السك : قدرة الجسم وخاصة الفلزات على الانسياب والتشكيل بالطرق أو الضغط وهو في حالة الصلابة .

٢٣٥ - مدخنة .

٢٣٦ - بطانة المدخنة .

٢٣٧ - مائع - سائل رقيق : السائل السهل الحركة ، عكس اللزج .

٢٣٨ - الميوعة - رقيقة السوائل .

٢٣٩ - مساعد صهر : مادة يعمل وجودها على خفض درجة حرارة

صهر الأجسام المختلطة بها .

٢٤٠ - رشوة .

٢٤١ - مورق : صفة لبنية ورقية كالميكال .

٢٤٢ - تكوين :

- ٢٤٣ — طين الفخار باللغة الصينية القديمة Fou .
- ٢٤٤ — مكسر - كسر : جزء غير منتظم الشكل من جسم .
- ٢٤٥ — مخروط حرارى فرنى .
- ٢٤٦ — مزجج : متجمد زجاجى من مصهور عدة مكونات .
- ٢٤٧ — عملية تجهيز المزجج .
- ٢٤٨ — جبل « باللغة الصينية القديمة Fu » .
- ٢٤٩ — فرن : مكان حرارى لتسوية المشغولات الطينية بالحرارة دون
الذهب .
- ٢٥٠ — مصهور .
- ٢٥١ — قابنية الصهر .
- ٢٥٢ — درجة الصهر : درجة الحرارة التى يبدأ عندها الجسم فى الصهر ،
وهى تختلف عن درجة الانصهار فى كونها غير ثابتة .
- ٢٥٣ — قلة .
- ٢٥٤ — هلام .
- ٢٥٥ — تهيل - هيلمة .
- ٢٥٦ — تهذيب سطح الجسم : تنعيم وصقل سطح الجسم وإزالة ما به من
زوائد وعلامات وآثار بعد تزجيجه .

٢٥٧ — زجاج

٢٥٨ — بنية زجاجية .

٢٥٩ — تزجيج : طلاء زجاجي .

٢٦٠ — تريعة قيثاني ، زلزل .

٢٦١ — عملية التزجيج .

٢٦٢ — جنين بلوري كروي : شكل بلوري كروي دقيق لم يتخلق فيه الحالة البلورية بعد ، ولا يعطى اختبارات البورات الضوئية .

٢٦٣ — تعريف المصطلحات : قاموس المصطلحات .

٢٦٤ — النضج : عملية إنتاج طبقات التزجيج بالتسخين وتختلف العملية عن عمليات تسوية الأحجام الطينية في أن الأولى يحدث فيها انصهار المكونات واتحاد بعضها ببعض في عملية تشابك جزئي لتكوين طبقة زجاجية رقيقة جيدة الالتصاق بسطح الجسم .

٢٦٥ — حاظفة نضج .

٢٦٦ — المعد الذهب

٢٦٧ — محبب^(١) : آلة حفر أو قطع على شكل أزويل مستدير الشفر .

٢٦٨ — حبة .

٢٦٩ — حبيبة .

(١) قاموس شريف

٢٧٠ — الزجاج الأخضر^(١) بلورات كبريتات الحديدوز .

٢٧١ — اللبن : أو الطوب الأخضر أو النبي وهو الطوب المصنوع من الطين بعد تجفيفه دون تسويته ، ويستعمل في البناء .

٢٧٢ — حجر الحصباء : المواد الخشنة .

٢٧٣ — التشكيل باليد .

٢٧٤ — برام : وعاء خزف أسطوانى ارتفاعه أطول من قطره له يدان ملتصقتان . مطلى بطبقة ترزجيج من الداخل يستعمل في الطبخ .

٢٧٥ — صلا : عكس طرى وهى صفة مقاومة الاحتكاك والحدش .

٢٧٦ — تسوية زخارف تحت الترزيج .

٢٧٧ — صلادة .

٢٧٨ — مجرة^(٢) : موضع يوقد فيه الفحم .

٢٧٩ — طبقتا هلهولنز .

٢٨٠ — غير متجانس .

(١) رسائل جابر بن حيان .

(٢) نشرة مجمع اللغة العربية ، لجنة الهندسة الميكانيكية ، دورات المؤتمر ٢٣/٢٥ .

٢٨١ — نظام بلورى سداسى : بلورات ذات أربعة محاور ، ثلاثة منها
فى مستوى واحد بزوايا وأطوال متساوية والرابع عمودى عليها عند تقاطعها .
٢٨٢ — تجفيف كهربى : تجفيف الأجسام بواسطة ما يتولد من حرارة
عند مرور تيار كهربى عالى الضغط فيها .

٢٨٣ — اختبار تأثير الثقل فى درجات الحرارة العالية .

٢٨٤ — طوب أجوف .

٢٨٥ — مشغولات جوفاء .

٢٨٦ — متجانس : متماثل التكوين .

٢٨٧ — قدرة حصان ميكانيكى .

٢٨٨ — رطوبة .

٢٨٩ — تجفيف رطب .

٢٩٠ — دبال : تربة غنية بالنبات العطن .

٢٩١ — أسمنت مائى .

٢٩٢ — هلام مائى .

٢٩٣ — تركيز أيون الأيدروجين : مقدار أيونات الأيدروجين بالمليجرام
فى لتر من سائل .

٢٩٤ — تميؤ : اتحاد أيونات الماء بشقى ملح أو أستر لتكوين حامض
وأيدروكسيد .

٢٩٥ — ميال للماء .

- ٢٩٦ — نافر من الماء .
- ٢٩٧ — أيدروكينون .
- ٢٩٨ — محلول غروي مائي .
- ٢٩٩ — معادن سيليكات الألومنيوم المائية غير المتبلورة .
- ٣٠٠ — قطع زائد : منحني هندسي .
- ٣٠١ — صخر نارى ^(١) : صخر يتجمد من مصهور المعادن مثل الجرانيت .
- ٣٠٢ — اشتعال ^(٢) : عملية بدء الاحتراق .
- ٣٠٣ — مرحلة التعليل ^(٣) : التدرج البطيء في تغذية القمين أو الفرن بالوقود عند بدء إشعاله، وفي مرحلة خروج الماء أولى مراحل تسوية الأجسام الطينية . يستعمل وقود البوص أو الحطب عادة .
- ٣٠٤ — أصم : غير مسامي .
- ٣٠٥ — غير متوافق : عديم التوافق .
- ٣٠٦ — راسب قشري .

(١) حسن صادق : الجيولوجيا ٣٨ : ١٩٢٩

(٢) نشرة مجمع اللغة العربية ، لجنة الهندسة الميكانيكية ، دورات المؤتمر ٢٣/٢٥

(٣) الصدر : الحزف والأشغال اليدوية ، ١٩٤٩ .

٣٠٧ — كشاف: فهرس هجائي .

٣٠٨ — معامل : مقدار عددي يدل على كمية خاصة من الخواص .

٣٠٩ — صناعي : إنتاج بشري مصنوع أو مخلوق .

٣١٠ — تجفيف بالأشعة تحت الحمراء .

٣١١ — منتجات عازلة .

٣١٢ — مجفف دوري : مجفف يعمل في أوقات غير مستمرة .

٣١٣ — فرن دوري .

٣١٤ — قين دوري .

٣١٥ — غير متغير .

٣١٦ — انقلاب .

٣١٧ — بحث : دراسة دقيقة للتوصل إلى حقيقة أمر غير معروف

٣١٨ — ألوان قزحية .

٣١٩ — نقطة التعادل الكهربائي : الدرجة التي تتعادل عندها الشحنات

الكهربية في محلول غروي ، وتكون الدقائق عندها على وشك الركود عند

أقل زيادة في مقدار الشحنة المضادة لها ، أو يتغير بعدها نوع شحنة الدقائق .

وتقدر هذه النقطة بالرقم الأيدروجيني .

٣٢٠ — التشابه البلوري : تطابق عدد من المواد في عدد ذرات جزيئاتها

وحالة اتحادها وشكل بلوراتها .

٣٢١ — صيني ياباني .

٣٢٢ — الجاسبرأو اليشب الصيني : نوع من الخزف الحجري يحتوى على كبريتات و كربونات الباريوم والفسبار، وملون بأ كاسيد فلزية مختلفة. إنتاج عائلة ودود منذ عام ١٧٧٦ .

وقد أنتج الفاطميون في مصر قبل ذلك التاريخ نوعاً من نفس بنية الخزف السابق أسموه البلازهر، كان يستعمل في صناعة أوعية الشراب عندهم .

٢٢٣ — التشكيل بالسادف (١) :

٣٢٤ — جول : وحدة عملية من وحدات الشغل تساوى عشرة مليون إرج .

٣٢٥ — جورنال : نوع من الدوريات .

٣٢٦ — كاولينات : طين أولى ، طين غير منقول أو متبق .

٣٢٧ — عملية الكولنة .

٣٢٨ — خزف .

٣٢٩ — كيراموس : الاسم الإغريقي القديم للخزف .

٣٣٠ — قمين (٢) : مكان حرارى للتسوية باللهب المباشر .

٣٣١ — أدوات الرص : أجسام مختلفة الأشكال مصنوعة من مواد

(١) من وضع الصدر .

(٢) الصدر : الخزف والأشغال اليدوية ، ١٩٤٩ .

حرارية تستعمل في رص الأجسام الطينية عند تسويتها والأجسام الخزفية عند نضج ترجيحها ، لغرض فصلها بعضها عن البعض وعن جدران الفرن أو القمين

٣٣٢ — أوعية الطبخ .

٣٣٣ — طين (Lt) Kli .

٣٣٤ — طين (Gr) Kleben

٣٣٥ — عملية لتزنة .

٣٣٦ — عملية الطحن الرطب : عملية تنعيم للمواد الصلبة بعد ترطيبها في سائل لا تذوب فيه .

٣٣٧ — جير .

٣٣٨ — منحنى السيولة .

٣٣٩ — ليثارج ؛ المرتك الذهبي^(١) : نوع من أول أكسيد الرصاص .

٣٤٠ — ليثيا : أكسيد الليثيوم .

٣٤١ — ليثو، ليثوجراف .

٣٤٢ — عملية استخلاص مائي .

عملية فصل المواد القابلة للذوبان عن غيرها بإذابتها .

٣٤٣ — اختبار تأثير الثقل ، أو اختبار الحمل : اختبار يجرى لقياس قدرة

احتمال الجسم الخزفي لثقل واقع عليه ، كما في مواد البناء الخزفية ، كالطوب .

(١) رسائل جابر بن حيان .

- ٣٤٤ — طينة السباكة ، طينة الأبلينز^(١) .
- ٣٤٥ — لويس . كتيب طينى .
- ٣٤٦ — جنين بلورى مستطيل .
- ٣٤٧ — بريق ، امان : مقدار الضوء الأبيض الصادر من سطح جسم .
- ٣٤٨ — ميال للسوائل .
- ٣٤٩ — نافر من السوائل .
- ٣٥٠ — مجلة : من الدوريات .
- ٣٥١ — حجم .
- ٣٥٢ — ماغنيسيا^(٢) أكسيد الماغنيسيوم .
- ٣٥٣ — ميورقة .
- ٣٥٤ — مجفف دائر : مجفف عمودى مستمر ، يستعمل فى تجفيف الأجسام الطينية وطبقات عجائن التزجيج على أجسام القديد .
- ٣٥٥ — مرقشينا^(٣) نوع من كبريتيد الحديد الطبيعى .
- ٣٥٦ — جنين بلورى متلألئ .

(١) رسائل جابر بن حيان .

(٢) قاموس شرف .

(٣) رسائل جابر بن حيان .

- ٣٥٧ — ما سيكوت : نوع من أول أكسيد الرصاص .
- ٣٥٨ — تزجيج طاقى ، مط .
- ٣٥٩ — تحليل ميكانيكى .
- ٣٦٠ — المكافئ الميكانيكى الحرارى : مقدار الشغل الناتج عن وحدة حرارية . ويساوى ١٨٢ ر٤ جول لكل سعر صغير .
- ٣٦١ — مصهور : ناتج من عملية انصهار .
- ٣٦٢ — وزن المصهور : وزن الخلطة بعد صهرها .
- ٣٦٣ — الانصهار : تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة فى درجة حرارة معينة .
- ٣٦٤ — درجة الانصهار .
- ٣٦٥ — مذكرة : من الدوريات .
- ٣٦٦ — تبريق فلزى : أسلوب فى التزجيج الفنى يكتسب فيه سطح طبقة التزجيج لعانا فلزيا نتيجة تكون فلز من نحاس أو فضة .
- ٣٦٧ — تحول جيولوجى .
- ٣٦٨ — بلورة ميكروسكوبية .
- ٣٦٩ — جنين بلورى : جسم دقيق تتميز فيه الخواص البلورية ، وهو أدق من البلورة الميكروسكوبية .
- ٣٧٠ — ميكرون : دقائق كبيرة تتراوح أبعادها بين الميكرون وعشره .

- ٣٧١ — ميكرون (م . ٠) : جزء من ألف من المليمتر .
- ٣٧٢ : العصور الوسطى .
- ٣٧٣ — مترد، لبانة .
- ٣٧٤ — ملليمكرون (م . م) : جزء من مليون من المليمتر .
- ٣٧٥ — معدن^(١) : مادة طبيعية متجانسة مثل الجبس والطلق .
- ٣٧٦ — سلقون : رابع أكسيد الرصاص، أكسيد الرصاص الأحمر .
- ٣٧٧ — دقيقة : جسيم يتراوح بعده بين أقل من ميكرون إلى ملليمكرون .
- ٣٧٨ — ضباب : دقائق سائلة منتشرة في وسط غازي، من الحالات الغروية .
- ٣٧٩ — قابلية الحركة .
- ٣٨٠ — مقياس خواص .
- ٣٨١ — رطوبة .
- ٣٨٢ — جذب جزيئي .
- ٣٨٣ — نظام بلوري أحادي الميل : فيه توجد ثلاثة محاور للبلورة، اثنان منهما متعامدان، والثالث مائل على مستواهما .
- ٣٨٤ — ممسك : مادة لازقة مثل أيدروكسيد الألومنيوم تدمص الأصباغ من محاليلها وتحفظها . توضع على الأقمشة والأسطح غير القابلة للتلوين المباشر عند تلوينها .

(١) حـن صادق : الجيولوجيا ، ١٢ ، ١٩٢٩

٣٨٥ — ملاط (مونة) .

٣٨٦ — مزوق (موزايكو) فيفساء .

٣٨٧ — قابلية التشكيل : باليد أو بالقالب .

٣٨٨ — صندوق — صناعة القالب^(١) . وهو الريزق وجمعها ريازق (عامية)
إطار من الحديد أو الخشب ذو أربع حواف تصب فيه عجينة المصيص أو
يدك فيه الرمل توطئة لتشغيل القوالب بداخله .

٣٨٩ — وحل : بفتحين ، أو فتح الواو وسكون الحاء وهذا رديء ،
عجينة الطين الزلقة .

٣٩٠ — فرن مستور : فرن تسخن داخله الأجسام بمعزل عن اللهب والهواء .

٣٩١ — أكسيد متعادل : تعبير يستعمله الخزافون للدلالة على الأكاسيد
الترددة الثلاثية التكافؤ مثل الألومينا وأكسيد البور وأكسيد الحديد .

٣٩٢ — منشورانيكول : منشوران من الزجاج الضوئي يستعملان لتحليل
وتركيب الضوء في الميكروسكوب البتروجرافي .

٣٩٣ — نظر^(٢) : نترات الصوديوم .

٣٩٤ — مانع صهر .

(١) نشرة مجمع اللغة العربية ، لجنة الهندسة الميكانيكية دورات المؤتمر ٢٣/٢٥ .

(٢) من رسائل جابر بن حيان .

- ٣٩٥ — غير لازب .
- ٣٩٦ — غير مسامى ، أصم .
- ٣٩٧ — نظام نقص .
- ٣٩٨ — هواء محبوس .
- ٣٩٩ — الرائحة
- ٤٠٠ — يدوى .
- ٤٠١ — أبيض مغبر .
- ٤٠٢ — زخرقة فوق التزجيج .
- ٤٠٣ — مادة عتامة .
- ٤٠٤ — معتم .
- ٤٠٥ — مادة مفتحة : مادة خشنة تضاف إلى عجائن الطين لتسهيل تجفيف أجسامها وخفض انكماشها .
- ٤٠٦ — زجاج ضوئى
- ٤٠٧ — سالب الضوئية : خاصة ضوئية تستخدم عند فحص المعادن بتروجرافيا ، كما فى الأورثوكليز .
- ٤٠٨ — موجب الضوئية كما فى الألييت .
- ٤٠٩ — خام : مادة أولية طبيعية .

٤١٠ - نظام بلورى معينى : بلورات ذات ثلاثة محاور متعامدة مختلفة الأطوال .

٤١١ - منحروط حرارى : لأورتون (المنحروط الحرارى الأمريكى) .

٤١٢ - موقد : مكان حرق الوقود فى القماين والأفران .

٤١٣ - مرحلة الأكدة .

٤١٤ - عملية التعبئة : عملية إعداد المنتجات وحزمها للنقل والتصدير .

٤١٥ - دهان .

٤١٦ - رسالة : كتيب من صفحات قليلة ، أو عدد قليل من صفحات

مطبوعة غير مجلدة تحتوى على بحث صغير أو معلومات عن موضوع ، ليست دورية .

٤١٧ - نشرة : من الدوريات .

٤١٨ - جسيم .

٤١٩ - وزن إجمالى : مجموع الأوزان .

٤٢٠ - تسجيل : تقييد الجديد من البحوث والمخترعات الفردية فى دفاتر

رسمية تحت أرقام وتواريخ معينة لضمان حق صاحبها .

٤٢١ - طوب الرصف .

٤٢٢ - علم التربة .

٤٢٣ - قابلية النفاذ : قدرة اختراق جسم لآخر .

٤٢٤ — حصوة ، زلطة^(١) : وتجمع على حصى وزلط ، وهي ما تراوح أبعادها بين عشرة سنتيمترات و ٢٥ من المليمترات .

٤٢٥ — عملية التجزئة إلى دقائق بيتنة^(٢)

٤٢٦ — مرحلة : فترة يجرى فيها عملية من العمليات .

٤٢٧ — دورية : نوع من المطبوعات العلمية يصدر في فترات منتظمة .

٤٢٨ — فرن دورى .

٤٢٩ — قابلية الرشح .

٤٣٠ — غشاء منفذ .

٤٣١ — قاعدة توازن الوسط : قاعدة حسابية استخلصها جيبس ١٨٧٦ لتربط بين عوامل التغيير من ضغط ودرجات حرارة وحجم أو تركيز في الحالات الطبيعية الثلاث لمكونات وسط في حالة استقرار .

٤٣٢ — دبوس رص .

التفسفر :

إضاءة المادة إذا احتك بعضها ببعض، أو إذا وضعت في مكان مظلم مثل معدن الكوارتز ومعدن الفاسبار . وهي مشتقة من إضاءة عنصر الفوسفور الأصفر ، لكنها غير مرتبطة به في التركيب ، وهي خاصة بميزة لبعض المواد .

٤٣٣ — الرقم الأيدروجيني : مقدار مقلوب اللوغاريتم للأساس عشرة لتركيز أيون الأيدروجين في مادة . ويتراوح الرقم ما بين ١ — ١٤ . وهو

(١) حسن صادق : الجيولوجيا ، ٦٣ ، ١٩٢٩ .

(٢) قاموس شرف .

عدد يستدل منه على حموضة أو قلوية مادة ، فالأولى يكون رقمها أقل من ٧
والثانية يكون رقمها أكثر من ٧ ، أما الرقم الأيدروجيني ٧ فيدل على تعادل
الوسط .

٤٣٤ — ملون : مادة تلوين ثابتة لا تقبل الذوبان تستعمل في تلوين
أنواع الدهان .

٤٣٥ — ماسورة : مشغول أسطوانى أجوف ذو مقطع كبير .

٤٣٦ — مادة خشنة .

٤٣٧ — خابية ، أبريق . تجمع على خواجي : وعاء لحمل السوائل ضيق
الفوهة مع اتساع فى الداخل .

٤٣٨ أصص الزرع .

٤٣٩ — مصيص .

٤٤٠ — عجينة بـريس : مصيص سمي كذلك لأن أول تحضيره كان من
تكليس جبس جبل مورتار بالقرب من مدينة باريس .

٤٤١ — شك المصيص : التجمد السريع لعجينة المصيص .

٤٤٢ — لازب :

٤٤٣ — بلاستيسين : عجينة طينية غير قابلة للجفاف ، تشتهر فى التجارة
باسم الصلصال تتكون من عجن الطين بمخلوط من الماء والجلسرين .

٤٤٤ — مقياس اللازبية .

٤٤٥ — خاصة اللازبية : أو اللزوبة أو اللزب .

٤٤٦ — رقم اللازبية .

٤٤٧ — صحن .

٤٤٨ — تفاعل المواد المتطايرة .

٤٤٩ — متعدد : يوصف به مركب يحتوي على عدد من الشقوق الحامضة أو القاعدية أكثر من الطبيعي له .

٤٥٠ — عملية التثابك الجزيئي أو البلمرة : عملية كيميائية تتصل فيها الجزيئات الصغيرة لتكوين جزيئات كبيرة تحت ظروف من الحرارة والعوامل المساعدة، ويصحب العملية زيادة في صلادة الجسم وتماسكه . تحدث العملية كثيراً في الطبيعة بين المواد العضوية، كما في تكوين الراتنجات والسكريات، وبين المركبات السيليسية في تكوين معادنها . وتستخدم العملية صناعياً في تخليق كثير من المواد الهامة . كما تحدث في أثناء نضج مركبات التزجيج .

٤٥١ — البورسيلان : خزف عديم المسام أبيض ذو شفاافية جزئية وبنية زجاجية ، كثيف يستعمل فيه الفلسبار مساعد صهر ، لا تتميز طبقات تزجيجه عن سطح جسمه ، له رنين وصلادة عالية ، يقاوم فعل الكيماويات .

٤٥٢ — مسام .

٤٥٣ — خزف مسامي .

٤٥٤ — أسمنت بورتلاند .

٤٥٥ — قدر .

٤٥٦ — نحرانى : صانع الفخار .

٤٥٧ — ربو الخزافين : حساسية تفتاب بعض عمال الخزف من ذوى الحساسية نحو أنواع من التراب عندما يستنشقونه فى جو الطحن الجاف مثلا ، بسبب لهم عدم انتظام عمل الرئة ، وتظهر الأعراض كسعال شديد .

٤٥٨ — سل الخزافين : مرض رئوى بصيب من يتعرض لاستنشاق جسيمات حادة بصفة مستمرة ، إذ تعمل هذه الجسيمات على تهتك أنسجة الرئة مما يعرضها للإصابة بميكروب السل .

٤٥٩ — فخار : خزف مسامى طرى خفيف معتم ، يسوى فى درجات حرارة منخفضة .

٤٦٠ — صناعة الفخار .

٤٦١ — فاخورة : تجمع على فواخير ، مصنع الفخار .

٤٦٢ — تأثير بويليت : ارتفاع درجة الحرارة عند ادمصاص سطح الأجسام الصلبة للسوائل .

٤٦٣ — رسيب : عملية هبوط الأجسام الصلبة فى القاع تحت تأثير الجاذبية الأرضية . وترسب دقائق المحاليل الغروية إلى القاع إما على هيئة ركود يمكنها من العودة ثانية إلى الانتشار وإما على هيئة تجلط فاقدة خاصتها الغروية .

٤٦٤ — التشكيل بالكبس .

٤٦٥ — كاولينات : طين أولى ، طين متبقى .

٤٦٦ — منشور : شكل من تشكيل الخزف ، متساوى الأحراف ذو مقطع
ثلاثى أو رباعى أو خماسى متعدد .

٤٦٧ — خطط : نوع من الدوريات .

٤٦٨ — غروى حافظ .

٤٦٩ — لدونة لازبية كاذبة .

٤٧٠ — قلابة ، مفرمة : آلة عجبن الطين وتحويله إلى عجينة متجانسة لازبة
تتكون من وعاء فى وسطه عمود مركب عليه سكاكين تقطع الطين وتفتته
وتعجنه ثم تدفع العجينة إلى فوهة مسحوبة فى نهاية الآلة .

٤٧١ — دهس ، هرس .

٤٧٢ — مقياس الكثافة .

٤٧٣ — تفاعل كيميائى حرارى .

٤٧٤ — يرومتر : مقياس درجات الحرارة العالية .

٤٧٥ — مخروط حرارى : جسم هرمى ناقص ثلاثى القاعدة ، ذو أبعاد معينة
يتكون من خلطات طينية حرارية . يستعمل للدلالة على مسافة أو مدى حرارى
يتفق مع رقم مسجل عليه ومع تكوينه ومعدل تسخينه . ويتبين ذلك المدى
الحرارى من وقت ميل قمة المخروط إلى تمام التوائه .

٤٧٦ — لازبية حرارية : تكون حالة لازبية بالتسخين، كما في الزجاج وفي بعض مراحل التزجيج .

٤٧٧ — يروسكوب : جسم يعطى عند تسخينه دلالة حرارية خاصة به مثل المخاريط والحلقات الحرارية .

٤٧٨ — نقطة رباعية .

٤٧٩ — زجاج الكوارتز .

٤٨٠ — جير حى .

٤٨١ — نقطة خماسية .

٤٨٢ — تحليل استنتاجى .

٤٨٣ — مواد أولية : مواد الصناعة طبيعية كانت أو صناعية .

٤٨٤ — وزن المواد الأولية .

٤٨٥ — معامل الانكسار : المقدار الحسابى الدال على انكسار شعاع الضوء عند مروره فى وسطين شفافين مختلفى الكثافة .

٤٨٦ — أسمنت حرارى .

٤٨٧ — منتجات حرارية ، حراريات : منتجات خزفية تصنع من مواد عالية فى درجات تحولها إلى سوائل ، تستعمل فى الأعمال المتعلقة بدرجات الحرارة المرتفعة .

٤٨٨ — كاولينات ، طين أولى ، طين متبقّر .

٤٨٩ — معطل .

٤٩٠ — فرن عاكس : فرن تسخن فيه المواد بالحرارة المنعكسة

من قبوه .

٤٩١ — الفاحص^(١) : من الدوريات .

٤٩٢ — يابس : صفة لعجينة تجهز بأقل كمية من الماء وهي صعبة

التشكيل .

٤٩٣ — ط أ : قانون عام للأكاسيد القاعدية في الخزف ، وتشمل أكاسيد

الفلزات الأحادية والثنائية التكافؤ مثل الليثيا والصودا والجير والباريا ،

والماغنيسيا .

٤٩٤ — ط ب : قانون عام للأكاسيد المتعادلة في الخزف وهي الأكاسيد

المعروفة كيميائياً بالأكاسيد المترددة وهي أكاسيد الفلزات الثلاثية التكافؤ

وذلك مثل الألومينا والحديدك وأكسيد البور .

٤٩٥ — ط ج : قانون عام للأكاسيد الحامضة في الخزف ، وهي أكاسيد

العناصر الرباعية التكافؤ مثل السيليكا والتيتانيا .

٤٩٦ — أسمنت روماني .

(١) قاموس حبيشي ، فرنسي عربي .

٤٩٧ - دولاب تشكيل : قرصة تلف حول نفسها بطريق من طرق الإدارة
حيث يمكن تشكيل الأواني الأسطوانية عليها^(١) :

٤٩٨ - تهتك ، كسر .

٤٩٩ - سرج : من أدوات الرص .

٥٠٠ - حافظه تسوية .

٥٠١ - انحاء - التواء : الميل الكلى أو الجزئى نحو الأرض .

٥٠٢ - تزجيج ملهى أو التمليح .

٥٠٣ - أدوات صحية : أجسام خزفية تستعمل فى الأعمال الصحية
كالأحواض وفى دورات المياه .

٥٠٤ - نفة سانسكريتية : لغة هندية قديمة .

٥٠٥ - كهف « باللغة الصينية القديمة sbeg » .

٥٠٦ - جنين بلورى ريشى .

٥٠٧ - ريم : طبقة ملحية تتكون على سطح الجسم الخزفى بعد تسويته
إذا ما احتوت العجينة على أملاح ذائبة مثل كبريتات الكالسيوم .

٥٠٨ - تفسير طبقة التزجيج : حالة انفصال طبقة التزجيج عن سطح
الجسم الخزفى عند ما يكون معامل التمدد الحرارى لمادة التزجيج أصغر من معامل
التمدد الحرارى لسطح الجسم الخزفى .

(١) الصدر : الخزف والأشغال اليدوية ١٩٤٩

٥٠٩ - طينات ، طين ثانوى ، طين منقول .

٥١٠ - مخروط ، سيجر : مخروط حرارى من صنع هيرمان سيجر .

٥١١ - صخور ذات كولثة جزئية .

٥١٢ - تجلط ، شك . رسوب الدقائق متجمعة مع فقدتها لخايتها الغروية .

٥١٣ - شماعة رص .

٥١٤ - ماسورة مجارى .

٥١٥ - تشكيل .

٥١٦ - انكماش .

٥١٧ - سيليكات : ثانى أكسيد السيليكون .

٥١٨ - سيليكون : وهو غير العنصر ، يطلق فى الصناعات الخزفية على

أول أكسيد السيليكون ، وهو مسحوق بلورى رمادى أو بنى يتكون من
تحلل السيليكات فى درجات حرارة التسوية العالية .

٥١٩ - استر اليليكون : مركب يحل فيه عنصر السيليكون محل بعض أو كل

ذرات عنصر الكربون فى جزيء أستر . ويستخدم المركب فى صناعة الحرارية
وتتميز مشغولات هذه المركبات بعدم انكماشها فى أثناء تجفيفها وتسويتها .

٥٢٠ - سيليكونات : أوراتنجات سيليكونية ، وهى نوع من الراتنجات

أو المواد الدهنية المحلقة التى تحتوى على مجموعة (س ا) . وهى أكثر مقاومة
للحرارة والكهرباء وفعل الكيماويات من الراتنجات الطبيعية .

٥٢١- سيليكوزيز : إصابة حادة في الرئة وخاصة لعمال المناجم والمشتغلين في جو مملوء بغبار السليكا ، كما هو الحال في بعض خطوات صناعة الخزف ويترتب على هذه الإصابات الإصابة بالأمراض الصدرية كالسل .

٥٢٢ - طمي ، غرين .

٥٢٣ - خبث : نفايات عمليات اختزال وصهر الفلزات .

٥٢٤ - جير مطلقاً .

٥٢٥ - إردواز .

٥٢٦ - عجينة رقيقة .

٥٢٧ - فلتة ، كسرة مستطيلة .

٥٢٨ - مرحلة الخمول .

٥٢٩ - زلعة .

٥٣٠ - دخان : انتشار دقائق صلبة كربونية في وسط غازي، من الحالات الغروية .

٥٣١ - طوب مدخن .

٥٣٢ - عملية التدخين : نوع من عمليات النضج في التزجيج الفنى تجرى في جو مختزل بواسطة مواد كربونية ، تختزل أكاسيد بعض الفلزات كأكسيد النحاس أو الفضة إلى فلزيهما لإنتاج تبريق فلزي .

٥٣٣ — حرارة التشرية : ارتفاع فى درجة حرارة الأجسام المسواة بعد
انتهاء تسويتها وتوقف ارتفاع درجة حرارة القرب أو القمين . تنتج زيادة
الحرارة من التكثيف الجزئى للمواد المصهورة داخل الجسم ، وتعمل هذه الحرارة
على جودة إتمام التسوية :

٥٣٤ — مرحلة التشرية : فترة حرارة التشرية .

٥٣٥ — جمعية : مجموعة من الأفراد ذات هدف مشترك .

٥٣٦ — صينى طرى .

٥٣٧ — درجة الليونة : درجة الحرارة التى تبدأ عندها بعض أجسام
الخلطات ، تتحول من الحالة الصلبة تدريجياً إلى الحالة السائلة ، وتمر فى مرحلة يتمدد
فيها الجسم ويطرى ثم يتحول إلى سائل شديد اللزوجة قبل أن ينصهر . وذلك
كما يحدث فى السيليكات والزجاج عند تسخينها .

٥٣٨ — محلول غروى .

٥٣٩ — بنية صماء .

٥٤٠ — منحنى الصلابة .

٥٤١ — أسمنت صوريل : أسمنت ماغنيسيومى .

٥٤٢ — تورم : انتفاخ سطح الجسم الخرزى .

٥٤٣ — ثقل نوعى ، أو وزن نوعى ، الشبه بين وزن حجم من جسم إلى
وزن نفس الحجم من اثناء النقى فى درجة حرارة + ٤° م . وهو يساوى عددياً
الكثافة .

٥٤٤ - شظية ، كسرة .

٥٤٥ - عملية السفنجة : تنعيم سطح الجسم الطيني بإسفنجة مبتلة بالماء قبل تسويته .

٥٤٦ - بنية إسفنجية : بنية شديدة المسام .

٥٤٧ - رجل الديك : من أدوات الرص .

٥٤٨ - انحناء ، التواء .

٥٤٩ - رصة .

٥٥٠ - إسطمية : خاتم تشكيل بالسك .

٥٥١ - يابس .

٥٥٢ - حامل رص ثلاثي : أداة رص ذات ثلاث شعب .

٥٥٣ - خزف جري ، خزف زلطي .

٥٥٤ - مخدش : مسحوق خدش الجسم .

٥٥٥ - استروثيا : أكسيد الاسترثيوم .

٥٥٦ - طوب البناء .

٥٥٧ - مبنى - منشأة .

٥٥٨ - بنية : التكوين الداخلي أو الميكانيكي لجسم .

٥٥٩ - اشتكو : عجينة مصيصة مضاف عليها غراء .

- ٥٦٠ - موجات فوق السمعية .
- ٥٦١ - معامل سطحي .
- ٥٦٢ - توتر سطحي .
- ٥٦٣ - محلول معلق .
- ٥٦٤ - شب معلق : بين الغروي والمعلق .
- ٥٦٥ - محلول معلق .
- ٥٦٦ - تخليق : صناعة مواد جديدة لا مثيل لها في الطبيعة .
- ٥٦٧ - خزف مخلق : وهو الجير والمصيص والأسمنت والزجاج .
- ٥٦٨ - أواني الطعام .
- ٥٦٩ - مسطح .
- ٥٧٠ - خزف (لغة صينية قديمة) Tao .
- ٥٧١ - طعم - مذاق : خاصة تميز بها بعض المواد عن طريق التذوق .
- ٥٧٢ - فنجان شاي .
- ٥٧٣ - أبريق الشاي .
- ٥٧٤ - تليين : التفتيت بالماء .
- ٥٧٥ - المتانة .
- ٥٧٦ - تنكال - تنكار : خام البوراكس (لفظ هندي) .

- ٥٧٧ — نفاخ أحمر .
- ٥٧٨ — نظام بلورى رباعى : بلورات ذات ثلاثة محاور متعامدة أحدها مختلف فى الطول عن الآخرين .
- ٥٧٩ — يقينية : نظرية لا ريب فيها مثل يقينية « كرنوت » فى الآلات الحرارية العكسية .
- ٥٨٠ — خلية حرارية .
- ٥٨١ — كعب رص : من أدوات الرص .
- ٥٨٢ — تقويم : تعديل قوام سائل .
- ٥٨٣ — ثوريا : أكسيد الثوريوم .
- ٥٨٤ — تشكيل على الدولاب اليدوى .
- ٥٨٥ — تربيعة : مشغول خزفى رقيق مسطح ذو شكل رباعى غالباً ، وقد يكون مقوساً .
- ٥٨٦ — ركام : رواسب الثلجات .
- ٥٨٧ — تيتانيا : أكسيد التيتان .
- ٥٨٨ — أداة :^(١) وسيلة ميكانيكية لأداء عمل ماغير نقل الطاقة أو تحويلها ، مثل أدوات الرص وأدوات التشكيل وأجهزة القياس .

(١) نشرة مجمع اللغة العربية ، لجنة الهندسة الميكانيكية ودورات المؤتمر ٢٣/٢٥ .

- ٥٨٩ — ملمس : خاصة مميزة عن طريق حاسة اللمس .
- ٥٩٠ — تنعيم بالفرشاة : عملية تنعيم سطح الأجسام بعد تجفيفها على فرشاة .
- ٥٩١ — تطورات : من الدوريات .
- ٥٩٢ — شفافية جزئية .
- ٥٩٣ — شفيف — شفاف .
- ٥٩٤ — طين ثانوى ، طين منقول — طينات .
- ٥٩٥ — جنين بلورى شعري .
- ٥٩٦ — نظام بلورى ثلاثى الميل : بلورات ذات ثلاثة محاور غير متعامدة .
- ٥٩٧ — ثقل نوعى حقيقى .
- ٥٩٨ — ماجور — قصعة .
- ٥٩٩ — أنجر .
- ٦٠٠ — أنبوبة : جسم أسطوانى أجوف صغير المقطع .
- ٦٠١ — نفق تجفيف .
- ٦٠٢ — نفق تسوية .
- ٦٠٣ — تشكيل بالخرط .
- ٦٠٤ — توأمية البلورات^(١) . نمو البلورات نمواً متداخلاً .

(١) حسن صادق : الجيولوجيا ، ١٩٢٩ .

- ٦٠٥ — مخروط تندال الضوئي .
- ٦٠٦ — تأثير تندال : ظاهرة تشتت الضوء عند مروره في محلول غروي نتيجة لانتشار الدقائق .
- ٦٠٧ — تحليل كيميائي .
- ٦٠٨ — ترشيح تحت ضغط عال .
- ٦٠٩ — التراميكروسكوب : ميكروسكوب صممه « زيجموندي » لتتبع حركة الدقائق التي لا ترى بالميكروسكوبات العادية .
- ٦١٠ — زخرفة تحت التزجيج .
- ٦١١ — أحادي المحور الضوئي : بلورات تتخذ فيها الأشعة الضوئية مسارا ضوئياً رئيسياً واحداً ، وذلك في بلورات النظامين الرباعي والسداسي^(١) .
- ٦١٢ — نظام أو وسط أحادي التغير .
- ٦١٣ — قمين لفح صاعد .
- ٦١٤ — بحر : تحول سائل إلى بخار تلقائياً .
- ٦١٥ — غشاء حافظ : طبقة تحفظ اللون من السقوط وتقي ما تحته .
- ٦١٦ — حلقة فيريتاس الحرارية .

(١) دانا : علم المعادن : ٢٧٧ ، ١٩٣٢ .

٦١٧ — مقابل — قرين : الفرق بين حالتين أو المقارنة بينهما .

٦١٨ — بنية حويصلية : بنية دقيقة المسام .

٦١٩ — مقياس الزوجة .

٦٢٠ — الزوجة .

٦٢١ — فتريوسيل — زجاج الكوارتز .

٦٢٢ — زجاجي .

٦٢٣ — صيني زجاجي : نوع من الفخار الأبيض الكثيف ، يستعمل في

صناعة الأدوات الصحية .

٤٢٤ — عملية تجهيز جسم زجاجي البنية ، تزجج .

٦٢٥ — رماد بركاني^(١) : صخر مكون من دقائق مفككة أو متماسكة

من الطفح البركاني ، قريباً أو بعيداً عن البركان ، حمل بواسطة الماء أو الرياح .

والصخر نتيجة تفتت وتحلل المواد المصهورة المنبعثة من أفواه البراكين

بالانفجارات الناشئة من خروج الغازات المحبوسة فيها .

٦٢٦ مقياس الحجم .

٦٢٧ — معجون طين حراري : عجينة لازبة من طين حراري تسد بها

الفتحات الموجودة في الأماكن الحرارية كالتماثل والحواظ لفرض الترميم حتى

(١) حسن صادق : الجيولوجيا ، ٤٤ ، ١٩٢٩ .

يمنع تسرب الدخان إلى المشغولات داخلها في أثناء التسوية أو العمليات الحرارية الأخرى .

٦٢٨ — تشويه .

٦٢٩ — زجاج مائي .

٦٣٠ — منتجات ، أواني : مشغولات ذات الصنف الواحد ، مثل منتجات

الصيني وأواني الطعام .

٦٣١ — تعرية جوية .

٦٣٢ — جرة - زير .

٦٣٣ — مألوب : جسم مبطط سميك من أحد طرفيه مسحوب إلى

طرف حاد .

٦٣٤ — أسمنت أبيض .

٦٣٥ — فخار أبيض .

٦٣٦ — الزجاج الأبيض^(١) بلورات كبريتات الخارصين .

٦٣٧ — مادة تبيض : مثل مسحوق كربونات الكالسيوم المترسبة أو

الطباشير ، تضاف للخلطات لغرض تبيض الناتج .

٦٣٨ — زجاج النوافذ .

(١) رسائل جابر بن حيان .

- ٦٣٩ — غم « لغة صينية قديمة » yang .
- ٦٤٠ — قين تسوية الفخار : باللغة للصينية القديمة yao .
- ٦٤١ — نأنج .
- ٦٤٢ — درجة الإيهك .
- ٦٤٣ — إيهك .
- ٦٤٤ — زر كونيا : أكسيد الزر كونيوم .
- ٦٤٥ — طوب الزر كونيا .
- ٦٤٦ — منطقة حدود مكان ذو ظروف وخواص .

مكتبة الحزف

أولا : الكتب

- (١) إدينجز : التسميم الكمي للصخور النارية .
- (٢) إدينجز : الصخور النارية .
- (٣) الصدر ، س . ح : الحزف .
- (٤) الصدر ، س . ح . : الحزف والأشغال اليدوية ، ١٩٤٩ .
- (٥) الصدر ، س . ح : مدينة الفخار ، دار المعارف بمصر - ٥ شارع
ما سيرو - القاهرة ج . ع . م . ١٩٦٠ .
- (٦) ألكسندر ، جيروم : الكيمياء الغروية .
- (٧) أندروز : الاختبارات والعمليات الحسابية الحزفية .
- (٨) أورتون : مجموعة محاضرات .
- (٩) أوسوالد : الكيمياء الغروية .
- (١٠) إيتل : الكيمياء الطبيعية للسيليكات .
- (١١) إيرنست : مبادئ البترولوجيا الطبيعية .
- (١٢) أيوكين ولامر : مبادئ الكيمياء الطبيعية .

- (١٣) بالهورن وفوكه : زجاج يننا .
- (١٤) بانكروفت : النظرية العامة للكيمياء الفروية التطبيقية .
- (١٥) بوري : الصناعات الخرفية .
- (١٦) بيرسون : الصخور ومعادنها .
- (١٧) بيرى : صناعة الزجاج .
- (١٨) بيرند وويرج : الكيمياء الجيولوجية .
- (١٩) توينهوفل : بحث فى الترسيب .
- (٢٠) تيريل . مبادئ البترولوجيا .
- (٢١) ثورب : قاموس فى الكيمياء التطبيقية .
- (٢٢) جامين تشونون : الطبيعة ، الجزء الثالث .
- (٢٣) جونسون : رسالة فى لازية الطين .
- (٢٤) جوهانسن : الطرق البتروجرافية .
- (٢٥) جويرتلر : الكيمياء النظرية غير العضوية .
- (٢٦) جيفريز وآرتشر : علم الفلزات .
- (٢٧) حسن صادق : الجيولوجيا ، ١٩٢٩ .
- (٢٨) دالى : الصخور النارية وأصلها .
- (٢٩) دانا : علم المعادن .
- (٣٠) دف : الطبيعة .
- (٣١) ديفين وبلاكفورد : فن الفخار .

- (٣٢) رالف إيلر : الكيمياء الغروية للسليكا والسياليمات .
- (٣٣) رطلي : مبادئ علم المعادن .
- (٣٤) روزنتال : الفخار والخزف .
- (٣٥) ريز : الطين ، وجوده وخواصه واستعماله .
- (٣٦) سيجر : مجموعة رسائل في الخزف .
- (٣٧) سيرل : المواد الحرارية .
- (٣٨) فرويند ايخ : الكيمياء الشعرية .
- (٣٩) فيندلاي ، ا : قاعدة توازن الوسط وتطبيقاتها .
- (٤٠) فينلاي ج : مقدمة في دراسة الصخور النارية .
- (٤١) كلارك . تقدير أيونات الأيدروجين .
- (٤٢) كلارك : بيانات في الكيمياء الجيولوجية .
- (٤٣) كيني : صناعة الفخار .
- (٤٤) لانجنيك : كيمياء الفخار .
- (٤٥) لاوري وسجدون : الكيمياء الطبيعية .
- (٤٦) لفجوى : تخفيف المشغولات الطينية .
- (٤٧) لفجوى : الريم والتزهر .
- (٤٨) ليث وميد : الجيولوجيا المتحولة .
- (٤٩) لين : الفخار الإغريقي .
- (٥٠) ماتسون : عمال الطين .

- (٥١) مارلو : صناعة الفخار وزخرفته .
(٥٢) ماكسويل : نظرية الحرارة .
(٥٣) ماك نامارا : كتاب الخزف .
(٥٤) ميريل : المعادن غير الفلزية .
(٥٥) ميللور : التحليل الكمي للمواد غير العضوية .
(٥٦) ميللور : تقدير الأملاح الذائبة في الطين ، صناعة الفخار .
(٥٧) ميللور : الكيمياء غير العضوية الحديثة .
(٥٨) نورتون : الخزف لفنان الفخار ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٦ . الناشر
آديسون ويزلي .

- (٥٩) شاتشيك : طبيعة وكيمياء الفرويت
(٦٠) هاوث : كيمياء التباور في الخزف .
(٦١) هاوسر : علم السيليسيك .
(٦٢) هوفستاد : زجاج — بينا .
(٦٣) هوم : الخزف للفخراي .
(٦٤) هوبنكر : ما يحدث داخل القائن
(٦٥) هيوم ، و . ف : جيولوجية مصر ، وزارة المالية المصرية ، مصنعة
المساحة ، الطبعة الأميرية ، بولاق القاهرة ، ١٩٣٥ .
(٦٦) واشبيرن : مبادئ الكيمياء الطبيعية .
(٦٧) و شنتون . التحليل الكيميائي للصخور .

- (٦٨) وستون : عامل الطين في بريطانيا .
(٦٩) ويلسون : تكنولوجيا طين الخزف .
(٧٠) وينكلمان : زجاج بينا .

ثانيا : الدوريات

(١) البحوث :

(١) بحوث أعضاء معمل الجيولوجيا الطبيعية بمعهد « كارنيجي »
بواشنطن .

(٢) بحوث الجمعية الأمريكية لاختبار المواد .

(٣) بحوث جمعية الخزف الأمريكية .

(٤) بحوث المركز القومي للبحوث ، شارع التحرير ، الدقي ، الجيزة .

(٥) بحوث مصلحة المقاييس الأمريكية .

(٦) بحوث معمل أبحاث مواد البناء بمعهد لويس بولاية شيكاغو .

(٧) بحوث معمل الخزف بجامعة واشنطن .

(ب) تسجيلات :

(٨) تسجيلات ألمانية .

(٩) تسجيلات سبرخزال .

(١٠) تسجيلات الولايات المتحدة الأمريكية .

(ج) تطورات :

(١١) تطورات جمعية الخزف بمقاطعة « استافوردشير » الشمالية .

(١٢) تطورات جمعية الخزف الأمريكية .

(١٣) تطورات جمعية الخزف الإنجليزية .

(١٤) تطورات معهد هندسة المناجم الأمريكي .

(د) تقارير :

(١٥) تقرير أبحاث محطة التجارب الزراعية بجامعة ميسوري .

(١٦) تقرير أبحاث مصلحة المناجم بالولايات المتحدة الأمريكية .

(١٧) تقرير الاتحاد الأهلى لصناع الطوب ، لجنة الأبحاث الصناعية .

(١٨) تقرير البيدولوجيا الدولية .

(١٩) تقرير تونيند سايتونج .

(٢٠) تقرير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد ، لجنة الجير

(٢١) تقرير جمعية الطوب والطين

(٢٢) التقرير الجيولوجى .

(٢٣) تقرير كاتالوج شركة ليدز - نورثروب بفلاد لنيا .

(٢٤) تقرير محطة التجارب الهندسية بكلية « إيووا »

(٢٥) تقرير مصلحة المساحة الجيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية .

(٢٦) تقرير مصلحة المساحة الجيولوجية بولاية « اللينوى » .

(٢٧) تقرير مصلحة المساحة الجيولوجية بولاية أوهيو .

(٢٨) تقرير مصلحة المساحة الجيولوجية بولاية « إيووا » .

(٢٩) تقرير مصلحة المساحة الجيولوجية بولاية « جورجيا » .

(٣٠) تقرير مصلحة المساحة الجيولوجية بولاية « فرجينيا الغربية » .

(٣١) تقرير مصلحة المساحة الجيولوجية بولاية « ويسكونسين » .

(٣٢) تقرير مصلحة التربة الأمريكية .

(٣٣) تقرير مصلحة الكيمياء الأمريكية .

(هـ) جداول :

(٣٤) جداول سمثونيان .

(و) جرائد علمية :

(٣٥) جورنال الأكاديمية العلمية بواشنطن .

(٣٦) جورنال التجارة الكيميائية .

(٣٧) جورنال جمعية تكنولوجيا الزجاج .

(٣٨) جورنال جمعية الخريف الأمريكية .

(٣٩) جورنال جمعية الخريف الإنجليزية .

(٤٠) جورنال الجمعية الكيميائية الأمريكية .

(٤١) جورنال الجيولوجيا .

(٤٢) الجورنال العلمى الأمريكى .

(٤٣) جورنال هندسة الكيمياء الصناعية .

(ز) خطط :

(٤٤) خطط الجمعية الأمريكية لاختبار المواد .

(ح) رسالات :

(٤٥) رسالة العلم ، تصدرها جمعية خريجي كليات العلوم بالجمهورية ،

(٣٣) شارع عبد الخالق ثروت ، القاهرة .

(ط) الفاحص :

(٤٦) الفاحص لتجارة الزجاج ، ومجلة الفخار .

(٤٧) الفاحص العالمى للمناجم .

(ى) كتب دورية :

(٤٨) كتاب الجمعية الأمريكية لاختبار المواد ، أسمنت بورتلاند .

(٤٩) كتاب جمعية الخزف الأمريكية .

(٥٠) الكتاب السنوى للمجمع المصرى لثقافة العلمية ، مطبعة دار

الكتب المصرية ، القاهرة .

(٥١) كتاب شركة انطاط الكيمائية فى الكيمياء والطبيعة .

(ك) مجلات علمية :

(٥٢) مجلة بريشته .

(٥٣) مجلة جمعية الخزف الأمريكية .

(٥٤) مجلة جمعية الخزف الإنجليزية .

(٥٥) مجلة الجمعية الكيمائية الأمريكية .

(٥٦) مجلة الجيولوجيا .

(٥٧) مجلة الخزف .

- (٥٨) مجلة شبرخزال .
(٥٩) مجلة عصر الكيمياء بنيويورك .
(٦٠) مجلة العلم .
(٦١) مجلة فيلادلفيا .
(٦٢) مجلة الفيلسوف .
(٦٣) مجلة الكيمياء الكهربية .
(٦٤) مجلة المختار من الخزف الإنجليزية (طبعة ماوراء البحار) .
(٦٥) مجلة المعدن الأمريكية .
(٦٦) مجلة المهندسين العسكريين ، يصدرها سلاح المهندسين بشركات
العباسية بالقاهرة .

(٦٧) مجلة الهندسة الكيميائية للفلات .

(ل) مذكرات :

(٦٨) مذكرات الجمعية الجيولوجية البلجيكية .

(م) نشرات :

(٦٩) نشرة الجيولوجيا الاقتصادية .

(٧٠) نشرة الصناعات الخزفية .

(٧١) النشرة الصناعية لمصلحة القنيس بالولايات المتحدة الأمريكية .

(٧٢) النشرة الصناعية لمصلحة المناجم بالولايات المتحدة الأمريكية .

- (٧٣) النشرة العلمية بكمبريدج .
- (٧٤) نشرة محطة التجارب الهندسية بجامعة اللينوى .
- (٧٥) نشرة مصلحة المساحة الجيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية .
- فرع مصادر المعادن .
- (٧٦) نشرة مصلحة المقاييس بالولايات المتحدة الأمريكية (طبعة علمية) .
- (٧٧) نشرة مصلحة المناجم بولاية ميسورى .
- (٧٨) نشرة مصلحة المناجم والجيولوجيا بولاية « إيداهو » .
- (٧٩) نشرة المعهد الصناعى الأمريكى للحراريات .

فائمة أسماء المعادن والبخور

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (١٦) جمست | (١) صخر ناري حامض |
| (١٧) حجر الأمازون | (٢) أدولاريا |
| (١٨) سيليكات غير متبلورة | (٣) طين هوأى |
| (١٩) أمفيبول | (٤) أجالما توليت |
| (٢٠) أناتيز | (٥) عقيق يمانى |
| (٢١) أنوكزيت | (٦) تربة زراعية |
| (٢٢) أندالوسيت | (٧) ألبيت |
| (٢٣) أنديزين | (٨) طين قلوى |
| (٢٤) أنيموزيت | (٩) فلسبار قلوى |
| (٢٥) أنهيدريت | (١٠) آلوفين |
| (٢٦) أنورثيت | (١١) طين نهري ، غرين |
| (٢٧) أنورثوكليز | (١٢) كوارتز ألفى |
| (٢٨) أباتيت | (١٣) مواد حرارية ألومينية |
| (٢٩) أيليت | (١٤) طينة حرارية ألومينية |
| (٣٠) أراجونيت | (١٥) ألوشيت |
| (٣١) أرجنتيرا | |

(٤٨) بنتونيت	(٣٢) صخر طيني
(٤٩) زمرد — بيريل	(٣٣) أنورثيت صناعي (مصنوع)
(٥٠) كوارتز بائي	(٣٤) فاسبار صناعي
(٥١) طينة حرارية رابطة	أو مصنوع
(٥٢) بيوتيت	(٣٥) لوسيت صناعي أو مصنوع
(٥٣) طينة قارية	(٣٦) أورثوكيز صناعي أو
(٥٤) ميكا سوداء	مصنوع
(٥٥) معدن جون الأزرق	(٣٧) كوارتز صناعي أو مصنوع
(٥٦) كاولين بوهيميا	(٣٨) أسبستوس أو حرير
(٥٧) طينة كروية — طينة لاصقة	صخري
(٥٨) طين جلودى	(٣٩) أوجيت
(٥٩) اسبار بكنجام	(٤٠) باربياريت
(٦٠) بايتونيت	(٤١) باريت
(٦١) طينة جيرية	(٤٢) بازلت
(٦٢) مادة جيرية ماغنيسيمية	(٤٣) طين بازلتى
(٦٣) مادة جيرية	(٤٤) صخر نازى قاعدى
(٦٤) صخر جيرى	(٤٥) باتشيلوريت
(٦٥) عقيق أبيض	(٤٦) بوكسيت
	(٤٧) بيديليت

(٨١) كلوروبان	عقيق المياه العذبة - كاسيدونى
(٨٢) كوندروديت	(٦٦) بوكسيت مكاس
(٨٣) كريستوباليت	(٦٧) كالسيت
(٨٤) كروميت	(٦٨) طينة كربونية
(٨٥) كريسوكولا	(٦٩) كاولين كارلسباد
(٨٦) سيموليت	(٧٠) عقيق أحمر - كارنيليان
(٨٧) طين	(٧١) كاولين كارونينا
(٨٨) معدن طينى	(٧٢) حجر القصدير
(٨٩) حجر طينى	كاسيتيريت .
(٩٠) طين صابونى	(٧٣) كاتلينيت
(٩١) طينيت	(٧٤) عين القط
(٩٢) حجر خرسانة	(٧٥) سلازيان
(٩٣) كوليريت	(٧٦) كيموليت
(٩٤) كاولين غير متبلور	(٧٧) طباشير
(٩٥) حجر كورنيس	(٧٨) شيرت
(٩٦) حجر كورنول	(٧٩) طين صينى
(٩٧) كورند ^(١)	(٨٠) كلوريت

(١) دكتور أحمد زكى : الأحجار الكريمة ، الكتاب الثانى الخامس للمجمع المصرى
للتعاقف العلمية ، ١١٣ .

(١١٢) طينة دياتومية —	(٩٨) كريوليت
كيسلجور .	(٩٩) كريستال (طبيعى)
(١١٣) ديوريت	كوارتز شفاف
(١١٤) بورفير الديوريت	(١٠٠) صخر بلورى
(١١٥) دوليريت	(١٠١) معدن سيليكات
(١١٦) دولوميت	الألومنيوم المتبلورة — معدن
(١١٧) طين إبرنهان	شبه طينى
(١١٨) الأباستر، مصرى —	(١٠٢) كاولين متبلور
مرمر	(١٠٣) معدن السيليكات
(١١٩) طين قداماء المصريين	المتبلورة
(١٢٠) إلبروسيت	(١٠٤) كريستوباليت
(١٢١) طينة كروية إنجليزية	(١٠٥) سيانيت كيانيت
(١٢٢) كاولين إنجليزى —	(١٠٦) داسيت
طين صينى	(١٠٧) جرانيت متحلل
(١٢٣) إنستائيت	(١٠٨) كاولين ديلاوير
(١٢٤) إبيدوت	(١٠٩) رمل صحراوى
(١٢٥) طفل أو طفل إسنا .	(١١٠) دياسبور
(١٢٦) فاراتشيبيت	(١١١) ديكابت
(١٢٧) فياليت	

(۱۴۷) طينة مائة	(۱۲۸) فلسيت
(۱۴۸) جابرو	(۱۲۹) فلسبار
(۱۴۹) جالابكتيت	(۱۳۰) فلسبار
(۱۵۰) جانستر	(۱۳۱) معادن الفلسبار
(۱۵۱) مقيق - جارنت	(۱۳۲) صخور الفلسبار
(۱۵۲) طين جورجيا	(۱۳۳) شبيه الفلسبار
(۱۵۳) كاولين جورجيا	(۱۳۴) آلوفين حديدى
(۱۵۴) طينة كروية ألمانية	(۱۳۵) طينة حديدية
(۱۵۵) جايسريت	(۱۳۶) طين طبقات الفحم
(۱۵۶) جيبسيت	(۱۳۷) زلط - صوان
(۱۵۷) طينة ثلجية	(۱۳۸) طين زلظى
(۱۵۸) نيس	(۱۳۹) طين حرارى زلظى
(۱۵۹) اسبار جوودفراى	(۱۴۰) كاولين زلظى
(۱۶۰) جرانيت	(۱۴۱) طين فلوريدا
(۱۶۱) جرانود يوريت	(۱۴۲) كاولين فلوريدا
(۱۶۲) جرافيت	(۱۴۳) فلوريت - فلورسبار
(۱۶۳) جبس	(۱۴۴) فلورسبار
	(۱۴۵) فورستيريت
	(۱۴۶) حجر طباشيرى

(١٧٨) إنديانيت	(١٦٤) هيماتيت — حيز الدم
(١٧٩) صخر ناري متداخل	(١٦٥) هولويسيت
(١٨٣) إيونيت	(١٦٦) طينة عالية الخواص
(١٨١) بيديليت حديدي	الحرارية
(١٨٢) إيسوأورثوكليز	(١٦٧) طين هيرتسو
(١٨٣) أيسوثوز	(١٦٨) هورنبلند
(١٨٤) حجر ياباني	(١٦٩) حجر قرني
(١٨٥) اليشب	(١٧٠) هياليت
(١٨٦) كولين	(١٧١) هياوفين
(١٨٧) معادن الكولين	(١٧٢) هيدروفين
(١٨٨) حجر الكولين	(١٧٣) معادن سيليكات
(١٨٩) كولينات	الألومنيوم المائية غير المتبلورة —
(١٩٠) كولينيت	معادن الطينات .
(١٩١) كيانيت	(١٧٤) صخر ناري
(١٩٢) كيسلجور	(١٧٥) كولين اللينوي
(١٩٣) طينة كنتوكي الكروية	(١٧٦) إيلمانيت
(١٩٤) كيموليت	(١٧٧) الحجر السماقي الإمبراطوري

(٢١٠) ماجنيتيت	(١٩٥) كوتشيت
(٢١١) ماجنيزيت	(١٩٦) لابراد وريت
(٢١٢) ملاخيت	(١٩٧) لاتيريت
(٢١٣) رخام	(١٩٨) طين لوترشيم
(٢١٤) مرقشينا ^(٢)	(١٩٩) لازوليت
(٢١٥) مارل - حجر طيني	(٢٠٠) طين صيني ليمور
	الإنجليزية
جيزى	
(٢١٦) مرمر - الأباستر مصرى	(٢٠١) لوسيت
(٢١٧) كاولين ميريلاند	(٢٠٢) ليفيرياريت
(٢١٨) طينة متوسطة الخواص	(٢٠٣) حجر جيزى
الحرارية	(٢٠٤) ليمونيت
(٢١٩) ميليت	(٢٠٥) طينة سباكة - طينة أبلينز ^(١)
(٢٢٠) ميكا	(٢٠٦) كتيب طيني - لويس
(٢٢١) ميكا دياينز	(٢٠٧) لوكسوكليز
(٢٢٢) دبوريت ميكاني	(٢٠٨) طين لوتيان
(٢٢٣) ميكروكلين	(٢٠٩) طينة سهلة الانصهار

(١) قاموس شرف .

(٢) رسائل جابر بن حيان

(٢٤٢) كاولين كارولينا الشمالية	(٢٢٤) كوارتز ليني
(٢٤٣) حجر رملي نوبي	(٢٢٥) حجر الأوبال، حجر ليني
(٢٤٤) كاولين أو هيو	(٢٢٦) ميلوشيت
(٢٤٥) أوليجو كليز	(٢٢٧) طين ميسوري
(٢٤٦) أوليفين	(٢٢٨) مونازيت
(٢٤٧) أوبال	(٢٢٩) موسكوفيت
(٢٤٨) أورتوكليز	(٢٣٠) مونتمور يليونيت
(٢٤٩) رمل أوتاوة	(٢٣١) حجر القمر
(٢٥٠) اسبار أكسفورد	(٢٣٢) موليت
(٢٥١) باراجونيت	(٢٣٣) ناكريت
(٢٥٢) بيجماتيت	(٢٣٤) نظرون
(٢٥٣) بيايكانيت	(٢٣٥) نظرونيت
(٢٥٤) حجر أقلام الإردواز	(٢٣٦) ساندين صوديومي
(٢٥٥) حصوة - حصباء	(٢٣٧) نيفيلين
(٢٥٦) بيروفسكيت	(٢٣٨) نيفيليت
(٢٥٧) بيرثيت	(٢٣٩) نيفيليت سيانيد
(٢٥٨) فوليريت	(٢٤٠) طين نيوجرس الحراري
(٢٥٩) بلاجيوكليز	(٢٤١) نيوتونيت
	طمي النيل

(۲۶۰) صخر ناری جوفی	(۲۷۷) استیاتیت سانتلورانس
(۲۶۱) بورفیریت	رینسیلیاریت
(۲۶۲) حجر أوعية الطبخ	(۲۷۸) طین متبقی ، کاولینات
(۲۶۳) فلسبار بوتاسیومی	(۲۷۹) ریا کولیت
(۲۶۴) اسبار بوتاسیومی	(۲۸۰) ریولیت
(۲۶۵) طینة بیضاء	(۲۸۱) رمل نهري
(۲۶۶) طین اولی — کاولینات	(۲۸۲) کوارتز وردی
(۲۶۷) طلق کاذب	(۲۸۳) یاقوت
(۲۶۸) حجر الخفاف	(۲۸۴) روتیل
(۲۶۹) رمل نقی	(۲۸۵) رمل
(۲۷۰) بیریت	(۲۸۶) حجر رملی
(۲۷۱) بیروفینیت	(۲۸۷) سانیدین
(۲۷۲) بیروکسین	(۲۸۸) زفیر — سفیر
(۲۷۳) کوارتز دیوریت	(۲۸۹) کاولین ساکسون
(۲۷۴) کوارتز — مرو	(۲۹۰) اسکابولیت
(۲۷۵) کوارتزیت	(۲۹۱) شروتیریت
(۲۷۶) رمل أحمر	(۲۹۲) طین ثانوی ، طینة

(٣١٠) سميكيت	(٢٩٣) صخر راسب
(٣١١) كوارتز مدخن	(٢٩٤) معدن السيليكازو التبلور
(٣١٢) حجر الصابون	الجزئي
(٣١٣) ميكروكلين صوديومي	(٢٩٥) صخر ذو كولة جزئية
(٣١٤) فلبسار صوديومي	(٢٩٦) سيريسيت
(٣١٥) أورثوكليز صوديومي	(٢٩٧) سربنتين
(٣١٦) اسبار صوديومي	(٢٩٨) طفل - طين صفحي -
(٣١٧) صوداليت	طين طبقي
(٣١٨) تربة	(٢٩٩) كاولين طفلي
(٣١٩) كاولين كارولينا الجنوبية	(٣٠٠) سيديريت
(٣٢٠) اسفين	(٣٠١) معدن السيليكازو
(٣٢١) كوارتز نجمي	(٣٠٢) طينة سياليسية
(٣٢٢) استيانيت	(٣٠٣) كاولين حراري سيليسي
(٣٢٣) سيانيت	(٣٠٤) كاولين سيليسي
(٣٢٤) بورفير السيانيت	(٣٠٥) سيليمانيت
(٣٢٥) تاكيزوليت	(٣٠٦) طعي - غرين
(٣٢٦) طاق	(٣٠٧) رمل سيناء
(٣٢٧) إردواز طاق	(٣٠٨) سينوبيت
	(٣٠٩) إردواز

(٣٤٢) صخر برکاني	(٣٢٨) طينة تيسى الكروية
(٣٤٣) فولكونسكويتة	(٣٢٩) تيرمياريث
(٣٤٤) ويفيليت	(٣٣٠) عين النمر
(٣٤٥) طين فلدشتين	(٣٣١) ركام
(٣٤٦) ويندريت	(٣٣٢) توباز
(٣٤٧) ميكا بيضاء	(٣٣٣) تورمالين
(٣٤٨) طين البورسيلان	(٣٣٤) تراكيت
الأبيض	(٣٣٥) طين منقول — طينات
(٣٤٩) رمل أبيض	(٣٣٦) تريديت
(٣٥٠) وولاستونيت	(٣٣٧) طرابلسي
(٣٥١) أوبان خشبي	(٣٣٨) سانيدن فيزوفيا
(٣٥٢) كولين تسيتلز	(٣٣٩) فيثيريت
(٣٥٣) زركون — زرق	(٣٤٠) رماد برکاني
	(٣٤١) طين برکاني

قائمة أسماء المؤلفين وصفحات ورودها

(أ)

- . ۲۴۶ ، ۲۴۵ : أبرامز
- . ۳۲۵ ، ۳۲۴ ، ۳۲۲ : أتريج
- . ۳۱۰ : آتشيون
- . ۲۸۳ : إدواردز
- . ۴۰۳ ، ۱۸۶ : إدينجز
- . ۴۰۴ : آرشر
- . ۲۷۵ : استوكس
- . ۳۲۷ ، ۳۰۹ : آشلي
- . ۲۵۳ ، ۲۴۸ ، ۲۴۱ : ألكسندر ، جيروم
- . ۴۰۳
- . ۳۲۰ : آموري
- . ۳۲۱ : إميلي
- . ۸۴ : أندرسون
- . ۴۰۳ : أندروز
- . ۳۲۱ : أورانج
- . ۴۰۳ ، ۲۳۱ ، ۱۴۷ : أورتون
- . ۴۰۳ ، ۲۵۳ : أوسوالد
- . ۴۰۳ : إيتل
- . ۴۰۳ : إيرنست
- . ۴۰۳ ، ۲۹۵ : إيوكين

(ب)

- . ۳۳۱ ، ۱۱۲ : بازتو
- . ۳۰۶ : بازكس
- . ۴۰۴ : بالهورن
- . ۳۰۷ ، ۳۰۶ ، ۳۰۲ ، ۲۵۳ : بانكروفت
- . ۴۰۴ ، ۳۳۱
- . ۳۳۱ : باون
- . ۳۰۵ : بقى جون
- . ۳۱۳ ، ۲۹۵ : بادجيت
- . ۲۸۷ ، ۲۸۲ ، ۲۴۸ : برادفيلد
- . ۲۵۹ : براون
- . ۲۷۴ : برونقيرتر
- . ۳۱۳ ، ۲۹۵ : بريلو
- . ۳۳۲ : بطرس
- . ۱۴۱ : بكان
- . ۴۰۴ : بلاكفورد
- . ۳۳۲ ، ۳۲۶ ، ۳۰۹ ، ۲۴۷ : بليننجر
- . ۳۳۲ ، ۳۲۰ ، ۲۹۲ : بنجام
- . ۲۴۸ : بنز
- . ۲۹۶ : بوب
- . ۳۳۲ ، ۲۹۷ ، ۲۳۷ : بوردى
- . ۴۰۴ : بورى

- جونسون (باشا) : ۴۰۴
- جوهانسن : ۱۱۲
- جوود سید : ۱۳۲
- جویرتلر : ۴۰۴
- جیفریز : ۴۰۴
- جیل : ۳۱۰
- جیلر : ۳۰۷

(ح)

- حامور : ۳۱۰
- حیثی : ۳۸۹
- حسن صادق (دکتور) : ۳۶۲ ، ۳۶۰
- ۳۶۳ ، ۳۷۳ ، ۳۷۹ ، ۳۸۳ ، ۳۹۷
- ۴۰۴

(د)

- دالی : ۱۱۳ ، ۴۰۴
- دانا : ۳۳ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۸ ، ۵۴ ، ۶۲
- ۶۶ ، ۸۵ ، ۲۹۸ ، ۴۰۴
- درسار ، ف . : ۳۳۳
- دف : ۲۴۵ ، ۲۹۶ ، ۴۰۴
- دیفین : ۴۰۴
- دیلیسه : ۱۱۳

(ر)

- رالف ، ا : ۴۰۵
- راستون : ۲۶۱
- راوول : ۱۱۲
- رطلی : ۹۷ ، ۴۰۵

- بول . ج : ۱۱۱ ، ۳۳۲
- بول ، ج ، ا : ۳۳۲
- بول ، ا : ۳۲۱
- میدنل : ۱۱۱ ، ۳۳۳
- بیرج : ۴۰۴
- بیرجر : ۴۴
- بیرس : ۵۱
- بیرسون : ۱۱۴ ، ۱۸۶ ، ۴۰۴
- بیرند : ۴۰۴

(ت)

- تقی الدین القریزی : ۲۰
- تندال : ۲۸۳
- توینہوئل : ۱۱۹ ، ۴۰۴
- تیریل : ۴۹ ، ۶۳ ، ۶۶ ، ۸۷ ، ۱۳۴
- ۱۴۰ ، ۴۰۴

(ث)

- ثورب : ۹۹ ، ۴۰۴

(ج)

- جابر بن حیان : ۳۵۴ ، ۳۷۱ ، ۳۷۶
- ۳۷۷ ، ۳۸۰
- جاکسون : ۲۳۷
- جامین : ۳۰۵ ، ۴۰۴
- جراہام : ۲۵۶
- جروت : ۲۹۶ ، ۲۹۷ ، ۳۱۴
- جرین : ۳۲۰
- جونسون : ۲۵۶ ، ۴۰۴

(ف)

- فرا تزر : ۲۱۲ .
- فرویندلیخ : ۴۰۵ ، ۳۰۸ .
- فیرتشیله : ۳۳۵ .
- فیندلای : ۴۰۵ .
- فینلای : ۴۰۵ ، ۱۸۶ .

(ك)

- کالدویل : ۳۰۷ .
- کای : ۵۱ .
- کبار : ۳۲۵ .
- کروس : ۱۸۶ .
- کلارک ، ف . و : ۴۰۵ ، ۱۰۹ .
- کلارک ، و . م . : ۴۰۵ .
- کوتزیل : ۲۸۰ .
- کوشمان : ۳۰۹ .
- کوکس : ۳۲۱ .
- کولین : ۲۰۷ .
- کولر : ۲۴۱ .
- کیرکاتریک : ۳۲۱ ، ۲۴۰ .
- کینی : ۴۰۵ .
- کینیسون : ۳۲۴ .

(ل)

- لامبومارانجا کس : ۲۴ .
- لامر : ۴۰۳ ، ۲۹۵ .
- لانجنیک : ۴۰۵ .
- لاوری : ۴۰۵ .
- لفجوی ، ایلس : ۴۰۵ ، ۲۳۵ .

روینسون : ۱۶۹ .

روزتال : ۴۰۵ ، ۳۳۳ ، ۱۴۸ .

ریدل : ۳۱۲ .

ریز : ۴۰۵ ، ۳۳۴ .

(ز)

- زیجموندی : ۲۵۸ ، ۲۳۵ .
- زیتل : ۲۸۷ .

(س)

- سیانجنبرج : ۳۱۰ .
- سبرنج : ۳۱۴ ، ۳۰۵ .
- سیریر : ۳۱۰ ، ۲۵۶ .
- ستالی : ۱۸۹ .
- سترنجر : ۳۲۰ .
- ستل : ۳۳۴ ، ۳۳۲ .
- ستوفر : ۳۲۱ ، ۳۱۰ .
- سجدون : ۴۰۵ .
- سمیسونیان : ۲۹۹ .
- سولیفان : ۳۰۹ .
- سیجر : ۴۰۵ ، ۳۳۴ .
- سیرل : ۴۰۵ ، ۹۲ ، ۳۲ .

(ش)

- شاتلی : ۲۹۶ .
- شرف : ۳۷۳ ، ۳۷۷ ، ۳۷۰ ، ۳۶۴ .
- شوریشیت : ۳۳۴ ، ۲۴۷ .
- شولتز : ۲۷۵ .
- الصدر : ۳۹۰ ، ۳۷۵ ، ۳۷۳ ، ۳۵۲ .
- ۴۰۳ .

(ه)

هاتشيك : ٤٠٦ ، ٢٥٣

هاروود : ١١٣ ، ١١٢

هاوت : ٤٠٦

هاوسر : ٤٠٦

هلمهوتنز : ٢٥٩

هوساك : ١١٣

هوفستاد : ٤٠٦

هوفمان : ٣١٤ ، ٣٠٦

هول : ٣٢٠ ، ٢٨٥ ، ٨٤

هوم : ٤٠٥

هوٲٲٲٲكر : ٤٠٦

هيوم : ١٣٤ ، ١٣١ ، ١١٤ ، ١١١

١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤٣

١٦٦ ، ٣٣٥ ، ٤٠٦

(و)

واتس : ٣٣٥ ، ٣١٠ ، ١٣٢

واشيرن : ٤٠٦ ، ٣٣٦

واشنتون : ٤٠٧ ، ١٨٦

واطسون : ١١٩

واهلين : ٣١٠

ودجوود : ٣٣٦

وستون : ٤٠٧ ، ٢٩٠

ويلسون : ٤٠٧ ، ٣١١

وينسلكان : ٤٠٧

لوكاس : ٣٣٥

ليث : ١١٠ ، ١١٤ ، ١٣٠ ، ١٤٥

٤٠٥

لين : ٤٠٥

ليندلاى : ٣٢١

ليندر : ١١٣

(م)

ماتسون : ٤٠٥ ، ٢٨٦

ماتيو : ٢٤

مارلو : ٤٠٦

ماك دائل : ٣١٢

ماك دويل : ١٦٦ ، ٧٢

ماكسويل : ٤٠٦

ماك نامارا : ٤٠٦

منج — تشاىج — لنج : ٢

مورجان : ١٨٥

ميسد : ١١٠ ، ١١٤ ، ١٣٠ ، ١٤٥

٤٠٥

ميريل : ٤٠٦

ميسلور : ٩٩ ، ١٣٥ ، ١٧٨ ، ٢٣٦

٢٣٧ ، ٣٣٥ ، ٤٠٦

مينتون : ٣١٠

(ن)

ناصرى خسرو : ٢١

نيجالى : ١٠٧

الكشاف

أخضر ميلانديني : ٣٥٥ (٧٢)
 — ملاخيت : ٣٠٩
 أداة : ٣٩٦ (٥٩٢)
 — حرارية : ١١
 — رص : ٣٧٥ ، ٨ ، (٣٣١)
 — زجاجية : ١١
 — — شفاقة : ٢٧
 — — منزلية : ١١
 — صحية : ٣٩٠ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٧ ، ٦ ، (٥٠٧)
 — كهربية : ٨
 — معامل كيميائية : ٩ ، ٦
 — منزلية : ٢٦ ، ٩
 ادمصاص : ٣٤٩ (٧)
 — أبيض الرصاص لزيت بذرا الكتان : ٣٠٧
 — الأثير : ٣٠٦
 — + ثابتة للطين . ٣٠٩
 — الجبس للماء : ١٦٠
 — ، حرارة : ٣٢٦ ، ٣٦٥
 — الرمل للماء : ٣٠٦
 — ، ضغط : ٣٠٥
 — الطين لأخضر اللاخيت . ٣٠٩
 — لأزرق الميثيلين : ٣٠٩

حرف الألف
 الأباتيت ٤١٣ (٢٨) (١) .
 — ، في طمي النيل : ١٦٩
 — ، معدن مواد متطايرة : ١٢٤
 أبريق شاي : ٣٩٥ ، ٩ (٥٧٧)
 آليت : ٤١٣ ، ٦٤ (٢٩)
 — ، صخر فلسباري : ٥٤
 — ، — نارى متداخل : ١٠٤
 — مصرى : ١١١
 إيدوت : ٤١٦ (١٢٤)
 — ، نايج تحلل بيوتيت مصرى : ١٤٠
 — ، أبيض مغبر . ٣٨١ (٤٠١)
 أجار أجار : (انظر في كفاة البحر)
 أجلا توليت : ٤١٣ ، ٤٥ (٤)
 أجلا لوليت : ٣٤٩ ، ٤٤ (٩)
 اختبار امتصاص الأصباغ : ٣٦٣ (١٧٩)
 تأثير الثقل في درجات الحرارة العالية : (٢٨٣)
 — تأثير الحمل : ٣٧٦ (٣٤٣)
 تينار : ٤٦ ، ٤٥ ، ٣٩ ، ٣٤
 — الجليخ ٣٤٩ (١)
 — الحمولة : ٣٥٥ (٨٤)
 اختبار الادمصاص : ٣٠٦

(١) العدد بين القوسين هو رقم الاصطلاح أو الكلمة في قاموس المصطلحات أو قوائم أسماء المعادن والصخور أو المؤلفين .

إردواز : ٤٢٢ ، ٩٨ : (٣٢٧)
 أزرق تينار : ٣٤
 أس : ٣٦٦ (٢٠٨)
 اسبار أكسفورد : ٤٢٠ ، ١٧٣ ، ١٤٩ ، ٦٥ :
 (٢٥٠)
 اسبار بكنجام : ٤١٤ ، ١٧٣ ، ١٤٩ ، ٦٥ :
 (٥٩)
 بوتاسيوم : ٤٢١ ، ١٢٣ ، ٥٥ : (٢٦٤)
 اسبار جوودفراي : ٤١٧ ، ١٧٣ ، ١٤٩ ، ٦٥ :
 (١٥٩)
 صوديوم : ٤٢٢ ، ١٢٣ ، ٥٥ : (٣١٦)
 اسبستوس أسنتي : ٢٦ ، ١٥
 استر : ٣٦٥ (١٩٧)
 السيليكون : ٣٩١ (٥٢٢)
 استرونشيا : ٣٩٤ (٥٥٩)
 استنتاج خواص الطين : ٢٢٣ ، ٢٢١
 معادن الطين : ١٧٧
 استياتيت : ٤٢٢ ، ٩٩ ، ٩٨ : (٣٢٢)
 مانت لورانس : ٤٢١ ، ٩٨ : (٢٧٧)
 اسطمية : ٤٩٤ (٥٥٤)
 اسفين : ٤٢٢ ، ١٦٩ : (٣٢٠)
 اسكابوايت : ٤٢١ ، ١٢٥ : (٣٢٠)
 أسمنت ٣ ، ٩ ، ١٢ ، ٣٥٢ : (٧٣)
 — أبيض : ٤٠٠ ، ١٤ : (٦٣٨)
 — أسنان : ٣٦٠ ، ١٥ : (١٥١)
 — بوتشيلان : ١٤

ادمصاص الأزرق للأمونيا : ٣٠٩
 — — لأيدروكسيد الألومنيوم : ٣٠٩
 — — — النحاسيك : ٣٠٩
 ادمصاص الطين للبنزول : ٣٠٦
 — — لحمض الأيدروكلوردريك : ٣٠٩
 — — لرابع كلوريد الكربون : ٣٠٦
 — — للرطوبة : ٣٢٦
 — — للسيلولوز : ٣٠٩
 — — للقلوي : ٣٠٩
 — — للماء : ٣٠٩
 — — للنشا : ٣٠٩
 — الطينات للجزئات الكبيرة : ٣٠٩
 — الطينة المائلة للجير : ٣٠٧
 — — — للقلوي : ٣٠٧
 — تفحم الخواني للأصباغ : ٣٠٧
 — فلوريد الكالسيوم : ٣٠٦
 — نكواين للصدأ الكوي : ٣٠٧
 — انكاولينات للمواد الذائبة : ٣٠٧
 — الكواينيت للأصباغ : ٣٢٧ ، ٣٤
 — الكحول الأميلي : ٣٠٦
 — مواد انشابة : ٣٠٧
 أدوناريا : ٤١٣ ، ٥٩ : (٢)
 أراجونيت : ٤١٣ ، ١٢٨ : (٣٠)
 زنج : ٣٦٥ (١٩٥)
 أرجنتير : ٤١٣ ، ٤٣ : (٣١)
 إردواز : ٤٢٢ ، (٥٢٨) ٣٩٢ ، ٥٣ : (٣٠٩)
 — استعمله : ٥٤

أكسيد ألومنيوم - (انظر في ألومينا)
— ثلاثى التكافؤ . ٣٨٠ (٣٩١) ، ٣٨٩ (٤٩٨)

— ثنائى التكافؤ . ٣٨٩ (٤٩٧)

— حامض . (انظر في أكسيد رباعى التكافؤ)

— حديد غروى : ٢٨٤

— خارصين : ١٤

أكسيد رباعى التكافؤ : ٣٨٩ (٤٩٩)

— رصاص . ١٤ ، ٥

— قاعدى : (انظر في أكسيد أحادى وثنائى

التكافؤ)

— قصدير : ٥

— متردد : (انظر في أكسيد ثلاثى التكافؤ)

متعادل : (انظر في أكسيد ثلاثى التكافؤ)

ورق الطبع ديكال : ٣٥٩ (١٣٩)

الأباستر مصرى (انظر في مرمر) ، ٤١٦

(١١٨)

البروسيت : ٤٢ ، ٤٦٦ (١٢٠)

ألييت : ٦٠ ، ٤١٣ (٧)

— ، معدن قلسبارى : ٥٧

— ، مكون بلاجيوكليزى : ٦١

— ، موجب الضوئية : ٥٦

— ، ناتج تحول النيصليت : ١٩١

الطاردة : ٢٤٨ ، ٢٨٠

التراميكروسكوب : ٢٤٨ ، ٢٥٩ ، ٣٩٨

(٦١٣)

التراميكرون : ٢٣٥ ، ٢٥٦ ، ٢٦٥

أسمت بورتسلاند : ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ٢٨ ،
٣٨٥ (٤٥٥)

— حديدى : ١٤ ، ٢٨ ، ٣٥٢ (٤١)

٣٦٦ (٢١٤)

— حرارى . ١٤ ، ٢٨ ، ٣٨٨ (٤٨٨)

— خبث : ١٤ ، ٢٨

— أسمت رومانى : ١٤ ، ٣٨٩ (٥٠٠)

— صوريلى : ٣٩٣ (٥٤٥)

— مائى : ١٤ ، ٣٧٢ (٢٩١)

— ماغنيسيومى : ١٤

— مصرى : ٢٧

اسوداد داخل الجسم : ٢٠٥ ، ٣٥٢ (٤٠)

استيون : ٢٥٦

أشباه الطين . ١٧١ ، ١٧٦

اشتقاق اسم الطين : ٣١

اشتكو : ١٦ ، ٣٩٤ (٥٦٣)

أصل الطين : ١٠٣

أصم : ٣٧٣ (٣٠٤)

أصيص زرع : ٤ ، ٢٣ ، ٣٨٤ (٤٣٩)

إعادة انتشار : ٣٦٠ (١٤٥)

إفراز الطين الصينى للأملاح الذائبة : ٢٠٩

أقلية : (انظر في معادن أقلية) ، ٣٤٩ (٥)

أكثرية : (انظر في معادن أكثرية) ٣٦٢

(١٦٧)

أكسى كلوريد الماغنيسيوم : ١٤

أكسيجين : ٣٦٩

أكسيد أحادى التكافؤ . ٣٨٩ (٤٩٧)

أندالوسيت خامة ألومنيوم : ٢٨٣
 إنديانيت : ٤١٨ ، ٣٩ (١٧٨)
 أنديزين : ٤١٣ ، ٦١ ، ٥٦ (٢٣)
 انستاتيت ١٠٦ ، ٤١٦ (١٢٣)
 — عجائن الطين : ٣١٦
 انصهار : ٣٧٨ (٣٦٣)
 السيليكات ١٦
 اتصال طبقات التزجيج : ٣٥٨ (١٢٨)
 انقلاب . ٣٧٤ (٣١٦)
 انكماش . ٣٩١ (٥١٩)
 إنهاك : ٤٠١ (٦٤٧)
 — الطين : ٣١٦
 أنيدريت : ٤١٣ ، ٩١ ، ٨٨ (٢٥)
 أنواع المحاليل : ٢٥٤
 أنورثوكليز : ٤١٣ ، ٥٩ ، ٥٥ (٢٧)
 أنورثيت : ٤١٣ ، ٦١ (٢٦)
 — ، تكوينه : ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢
 — صناعي : ٦١
 — ، فلبسار جيرى : ٥٦
 أنوكزيت : ٤١٣ ، ٤١
 آنية : ٤٠٠ (٦٣٢)
 — تقطير : ٢٧
 — زجاجية منزلية : ١١
 — طعام : ٤١٣ ، ٢٨ ، ٧٤ ، ٤ (٥٧٢)
 — فلزية : ١٦
 — منزلية : ٢٦ ، ٩
 أنيموزيت : ٤١٣ ، ٦٢ (٢٤)

التواء : ٣٩٠ (٥٠٥) ، ٣٩٤ (٥٥٢)
 آ للوقين : ٤١٣ ، ٤٦ (١٠)
 — ، مع الإنديانيت : ٣٩
 — حديدى : ٤١٧ ، ٤٦ (١٣٤)
 — ، مع الشوتيريت : ٤٧
 ألدنم : ٣٥٠ ، ٢٧٤ (١٦)
 آلوشيت : ٤١٣ ، ٣٤ (١٥)
 ألومينا : ٣٥٠ ، ١٤ ، ١١ ، ١٠ (١٤)
 — مائية : ٢٨٣ ، ٢٨٠ ، ٢٧٠
 — ألومينا قاعدية مائية : ١٣
 — الكالسيوم : ١٣
 امتصاص : ٣٤٩ (٣)
 أمفيبول : ٤١٣ (١٩)
 — ، مكون أشباه الطين : ٤٠
 أملاح . (انظر فى ملح)
 أميلس ، طريقة قياس لازية الطين . ٣٢١
 أناتيز : ٤١٣ (٢٠)
 إنامل : (انظر فى مينا)
 أنيوبية : ٣٩٧ (٦٠٤)
 تكشيف : ٦
 نقل السوائل الأكلة : ٦
 انتشار غروى : ٣٦١ (١٦٤)
 انتفاخ : ٣٥٢ (٤٢)
 أنثروبولوجيا : ٣٥٠ ، ١٦ (٢٠)
 أنجر : ٣٩٧ ، ٢١ ، ٩ (٦٠٣)
 انحاء . ٣٩٠ (٥٠٥) ، ٣٩٤ (٥٥٢)
 أندالوسيت . ٤١٣ (٢٢)

أيدروكسيد كاليوم: ١٢ ، ١٥
 — نحاسيك: ٣٠٩
 أيدروكينون: ٢٦٨ ، ٣٧٣ (٢٩٧)
 أيسو أورثوكلينز: ٤١٨ ، ٥٩ (١٨٢)
 أيسوثور: (انظر في أيسو أورثوكلينز) ، ٤١٨
 (١٨٢)
 إيلمانيت: ٤١٨ (١٧٦)
 — ، حساب: ١٩٣
 — ، في طمي النيل: ١٦٩
 أيوتيكيت: ٣٦٥ (١٩٩)
 أيون الأيدروكسيد: ٢٨٤ ، ٢٨٦
 أيونيت: ٤١ ، ٤١٨ (١٨٠)
 حرف الباء
 باتشيلوريت: ٤٠ ، ٤١٤ (٤٥)
 باراجونيت: ١٥ ، ٤٢٠ (٢٥١)
 بارياريت: ٥٩ ، ٤١٤ (٤٠)
 باريا . ٣٥١ (٣٣)
 باريت: ٤١٤ (٤١)
 — ، تميزه عن الأورثوكلينز: ٥٨
 — ، مادة الرماد الأسود: ٢١٨
 باريوم ، أملاحه المستعملة في الترسيب :
 ٢١٧
 — ، نشاط أملاحه المستعملة في الترسيب :
 ٢١٧
 بازلت: ١٠٥ ، ٤١٤ (٤٢)
 بازهر: ٢١

أوبال: ٤٢٤ ، ٧٧ (٢٤٧)
 — خشب: ٤٢٣ ، ٧٨ (٣٥١)
 — ، من الكوارتزيت: ٨٣
 أوتوكلاف: ٣٥١ (٢٩)
 أوجيت: ٤١٤ (٣٩)
 — ، في البازلت: ١٠٥
 أوجيت ، في الرمال: ٧٩
 — ، في طمي النيل: ١٦٩
 — ، مادة خشنة: ٩٣
 أورثوسيليكات: ١٠٥
 أورثوكلينز: ٤٢٢ ، ٥٨ (٢٤٨)
 — ، بديل: ٥٩
 — ، تحلله إلى لوسيت: ٦٢
 — ، تكونه من اللوسيت: ١٩٠ ، ١٩١
 — صناعي: ٥٨
 — صوديومي: ٤٢٢ ، ٥٩ (٣١٥)
 — ، في طمي النيل: ١٦٩
 — ، فلبسبار بوتاسيومي: ٥٥
 أول أكسيد الكربون: ٢٦٨
 أوليجوكلينز: ٦١ ، ٤٢٠ (٢٤٥)
 — ، في طمي النيل: ١٦٨
 — ، فلبسبار: ٥٦
 أوليفين: ١٤٤ ، ١٤٤ ، ٤٢٠ (٢٤٦)
 أيدروجين: ٢٦٨
 أيدروكسيد الألومنيوم: ١٢٢
 — باريوم: ١٦ ، ٢١٨
 — حديدك: ١٢٨

بلاجسيوكليز . ٦٠ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ٤٢٠
(٢٥٩)

بلاح (بلدة) : ٢٨

بلاستيسين : ٢٨٥ ، ٣٨٤ (٤٤٣)

بلاط أسمنتي : ١٣

بلور صخري : ٤١٦ (١٠٠)

بلورة : ٢٥٨ (١٣١)

— أحادية المحور الضوئي : ٣٩٨ (٦١٥)

— ثنائية المحور الضوئي : ٣٥١ (٣٦)

بلورة خفية : ٣٥٨ (١٣٠)

— مكرو سكوية : ٣٧٨ (٣٦٨)

بلوري : ٣٥٩ (١٣٤)

بلورة : (انظر في تشابك جزئي)

بتسونيت : ٤٣ ، ١٧٢ ، ٤١٤ ، ٢٨١

(٤٨)

— ، شبيه لطفل اللقطة : ١٦٥ ، ١٨٦

بنجام وجرين ، قياس لازية الطين :

٣٢٠

بندق : (انظر في فيانس)

بنزول تجاري : ٢٩٠

بنية : ٣٩٤ (٥٦٢)

— إسفنجية : ٣٩٤ (٥٥٠)

— أسمنتية : ١٢

— حجرية : ١٢

— حوصلية : ٣٩٩ (٦٢٢)

— زجاجية : ١١٠٩ ، ٣٧٠ (٢٥٨)

— صفحية : ٣٦٧ (٢٢٩)

باطية . ٢٢٠

باتونيت : ٤١٤ ، ٦١ ، ٥٦ (٦٠)

بيتنة : ٣٨٣ (٤٢٥)

بجمائيت : ٤٢٠ ، ٦٣ ، ٥٤ (٢٥٢)

بجث : ٣٧٤ (٣١٧)

بجمر : ٣٩٨ (٦١٨)

بديل الأورثوكليز : ٥٩

— البنتونيت : (انظر في طفل اللقطة)

بديل الفلسبار : ٥٩

برام : ٣٧١ ، ٢١ ، ٨ (٢٧٣)

بربخ : ٣٦٢ ، ٤ (١٦٩)

برخان : ٣٥١ (٣٤)

برميل : ٢٤ ، ٢١

بريق : ٣٧٧ (٣٤٧)

بطانة : ٣٦٥ (١٩٤)

— مدخنة : ٣٦٨ (٢٣٦)

— مصرية : ١٦٥

بقع الحديد : ٢٠٥

بكتيريا : ٣٥١ (٣١)

— ، امتصاصها للغازات المحبوسة : ٣١٠

— ، تحليلها للمواد الكبريتية : ٢٠٨

— ، تكاثرها : ٢٨٩

— ، فعلها بتجانس عجائن الطين : ٣١٠

— ، فعلها بفروية الطين : ٢٨٨

— ، فعلها بلازية الطين : ٣١٠

بلاطين غروي : ٢٦٨

ميليكانيت - ٤٣، ٤٢٠ (٢٥٣)
 يوتيت : ٤١٤ (٥٢)
 —، تحلل : ١٢١، ١٣١، ١٣٩، ١٤٠
 —، قابلية تحلله : ١٢٠
 —، قانون الجزئي : ١٠٩
 —، كولة : ١٣٨
 —، مقاومة تحلل : ١٣١، ١٤٣
 حرف التاء
 تأثير الأحماض في غروية الطين : ٢٨٥ ،
 ٢٨٧
 — الكولين : ٢٨٨
 — الأملاح الدائبة في التوتر السطحي : ٣٠٢
 — غروية الطين : ٢٨٩
 — البكتيريا في غروية الطين : ٢٨٩
 — بوليت ٣٤، ٣٢٦، ٣٨٦ (٤٦٣)
 — التصادم في غروية الطين : ٣١١
 — تنثال : ٢٥٨، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٩٨
 (٦١٠)
 — الحرارة في غروية الطين : ٢٨٩
 — الزمن في غروية الطين : ٢٨٨
 التأثير الكيميائي في غروية : ٢٨٥
 تأثير المحلول الأيوني في تحلل المعادن : ١٢٣
 — المواد العضوية في غروية الطين : ٢٩٠
 — القلوية في غروية الطين : ٢٨٧، ٢٦٧
 التأثير الميكانيكي في غروية الطين : ٢٨٥
 تآصل بلوري : ٣٤
 تاكيزوليت : ٣٦، ٤٢٢ (٣٢٥)
 تاو (كلمة) : ٢، ٣٩٥ (٥٧٤)

بقية صماء : ٣٩٣ (٥٤٣)
 — الطين : ٢٣٥
 — عجائن الطين : ٣١٥
 — بو (مقطع كلمة) : ٤ (٤٦)
 بودقة صهر : ٨
 بورا كس : ١٥، ٢٥، ٣٥٣ (١٥)
 بورسيلان : ٧، ٩، ٢٦، ٣٨٥ (٤٥٢)
 — عازل : ٨
 — كهربى : ٨، ٣٦٤ (١٨٥)
 بورسيلان كيميائى : ٩، ٣٥٥ (٨٢)
 بورفير الديوريت : ٤١٦ (١١٤)
 — السيانيت ٤٢٢ (٣٢٤)
 بورفيريت : ٧١، ٤٢٢ (٢٦١)
 بورق : (انظر في بورا كس)
 بورى : ٣٥٢ (٤٣)
 بواكسيت : ٢٨٣، ٤١٤ (٤٦)
 — مكليس : ٦، ٤١٥ (٦٦)
 —، ناتج لثرتة : ١٤٤
 بيديليت : ٤١، ٤١٤ (٤٧)
 — حديدي . ٤١، ٤١٨ (١٨١)
 بيرثيت : ٦٠، ٤٢٠ (٢٥٧)
 بيروسكوب : ٣٨٨ (٤٧٨)
 بيروفسكيت ١٩٣، ٤٢٠ (٢٥٦)
 بيروفيليت ٤٤، ٤٢١ (٢٧١)
 بيروكسين : ٤٠، ٤٢١ (٢٧٢)
 بيرومتر : ١٢، ٣٨٧ (٤٧٥)
 بيريت : ٤٢١ (٢٧٠)
 —، أضرارها : ٢٠٦
 بيريل : (انظر في زمرد) ٤١٤، ٤١٤ (٤٩)

تحليل جيولوجي : ٣٥٠ (١١٣)
 — زركون : ١٢٠ ، ١٣١
 — سربنتين : ١٤٣
 — سيريسيت : ١٤٣
 — صخر بركاني : ١٤٢ ، ١٧١
 — قاعدى : ١٤٣
 — نارى : ١١٦ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣٣ ،
 ١٣٦ ، ١٤٤
 تحليل الفلسبار : ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ،
 ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٣١ ، ١٣٧ ، ١٤٠ ،
 ١٤١ ، ٣٣٣
 — المعادن : ١٢٢
 تحليل استنتاجى : ١٧٨ ، ٣٨٨ (٤٨٣)
 — كهربى : ٣٦٤ (١٨٦)
 تحليل كمى
 تحليل كيميائى : ٣٩٨ (٦١١)
 — — أشباه الطين : ١٨٦
 — — بنتونيت : ١٨٦
 — — بواكسيت : ١٤٥
 — — صخر بازالتى : ١١١
 — — — جرانيتى : ١١١ ، ١٤٢
 — — — جبرى : ١٢٨ ، ١٢٩
 — — — راسب : ١٣٠
 — — — رملى : ١٢٩
 — — — نارى : ١١٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ،
 ١٤٣

تبادل مزدوج : ٢٨٠
 تبخير : ٣٦٥ (٣٠٥ ، ٢٠٤)
 تبر : ٣٥٩ (١٣٨)
 تبريق فلزى : ٣٧٨ ، ٢٢ (٣٦٦)
 تبلور الزجاج : ٣٦٠ (١٥٤)
 تجمانس : ٣٧٢ (٢٨٦)
 تجزئة : ٣٨٣ ، ٢٦٦ (٤٢٥)
 تجفيف : ٣٦٢ (١٧٣)
 تجفيف بالأشعة تحت الحمراء : ٣٧٤ (٣١٠)
 — رطب : ٣٧٢ (٢٨٩)
 — كهربى : ٣٧٢ (٢٧٢)
 تجلط : ٣٩١ (٥١٦)
 تجلط الدم : ٢٨٠
 تجمد الأسمت : ١٣
 — الدهان الجبرى : ١٥
 — اللصيص : ١٥
 تجميع : ٣٥٠ (٢٨)
 تحت سيليكات : ١٠٧
 تحضير المحاليل القروية : ٢٦٥
 تحليل : ٣٥٩ (١٤٢)
 — أمفيبول : ١٤٣
 — أورثوكايز : ١٣٥ ، ١٣٧
 — أوليهين : ١٤٤
 — بيروكسين : ١٤٣
 — جرانيت : ٦٥ ، ١١٩ ، ١٤٣
 — جزئيا : ٦٥ ، ١٤٩
 — — نواتج : ١٤٠

تقوية : ٣٥٠ (١٢)
 تدهيب السطح : ٣٦٨ (٢٣٠)
 تراب : ٣٦٣ (١٧٧)
 تراكت : ١٣٤ ، ٤٢٣ ، (٣٣٤)
 تربة : ٤٢٢ (٣١٨)
 — زراعية : ٤ ، ١٦٩ ، ١٧٦ ، ١٨٣ ، (٥٦)
 تريفة : ٤ ، ٧ ، ٢٩٦ ، (٥٨٩)
 — أرضية : ٢٥
 — قيشاني : ٢١ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٧ ، (٢٦٠)
 ترصيب : ٣٨٦ (٤٦٤)
 — اللص : ٢٨٠
 — المحاليل الغروية : ٢٧٦
 ترشيح تحت ضغط عال : ٢٧٢ ، ٣٩٨ (٦١٢)
 تركيب : ٣٥٧ (١٠٨)
 — أيوتكتي : ٣٦٥ (٢٠٠)
 — الطين : ١٧٧
 تركيز أيون الأيدرجين : ٣٧٢ (٢٩٣)
 ترمومتر درجات الحرارة العالية : ١٢
 ترويق المياه : ٢٨٠
 ترديدية : ٧٢ ، ٤٢٣ (٣٣٦)
 تزجج : ٣٦٩ (٢٤٧) ، ٣٩٩ (٦٢٨)
 تزجيج : ٣٧٠ (٢٦١)
 — استخدام طينة أسوان الكروية : ٢٤
 — بلورى : ٣٥٨ (١٣٢)
 — بالتعليق : ٣٩٠ ، ٤٠ (٥٠٦)
 — جبرى : ٣٥٤ (٦٣)
 — شفاف : ٦٤٥

تحليل كيميائى طفل : (انظر فى تحليل كيميائى
 لطينة صفيحة)
 — طين : ١٨٢
 — صيفى : ١٨٢
 — طينات : ١٨٤
 — طينة أدفو : ١٨٥
 — أسوان : ١٨٤
 — سوهاج : ١٨٤
 — شبرا : ١٨٥
 — صفيحة : ١٢٩
 — طرة : ١٨٥
 — قنا : ١٨٤
 — مقطم : ١٨٥ ، ١٨٦
 تحليل كيميائى ، فوائده : ٢٠١
 — كاولين : ١٤٥
 — إنجليزى : ١٨٣
 — أوهيو : ١٨٣
 — بوهيمى : ١٨٣
 — سيناء : ١٨٣
 — نيفيليت سيايت : ١٤٥
 — ميكانيكى : ٣٧٨ (٣٥٩)
 — الطين : ٢٣٦ (١٨٨)
 تخلص من كبريت الطين : ٢٠٦
 تخليق : ٣٩٥ (٥٧٠)
 تخمير : ٣٥٠ ، ٩ (١٨)
 تدخين : ٣٩٢ (٥٣٦)
 تدهور : ٣٦٠ (١٥٣)

تشويه الكرة لقياس لازية الطين : ٣٢٠
تصفية « استخلاص مائي » ٣٧٦ (٣٤٢)
تحويل : ٢٤٠ ، ٢٤٧ ، ٣٦٤ (١٨٩)
تطبيق ترسيب الغرويات : ٢٧٦ .
تطور صناعة الخزف : ١٦
- - - في مصر : ١٩
تطورات : ٣٩٧ (٥٩٥) : ٤٠٧
تعادل المحاليل الغروية : ٢٦٤
تعبئة : ٣٨٢ (٤١٤)
تعرية : ١١٦ ، ١١٧ ، ٣٦٠ (١٥٢) ٣٠٥
(١٩٦)
تعرية جوية : ٤٠٠ (٦٣٦)
- - عوامل : ١١٦
تعريف المصطلحات : ٣٧٠ (٢٦٣)
تعليل : ٣٧٣ (٣٠٣)
تفاعل طارد للحرارة : ٣٦٦ (٢٠٦)
- تمتص للحرارة : ٣٦٥ (١٩٣)
- المواد المتظاهرة : ٣٨٥ (٤٤٩)
تقت : ٣٦١ (١٦٣)
تفسر : ٣٨٣ (٤٣٢)
تفسير تجعد أسمنت بورتلاند : ١٣
لازية الطين : ٢٩٤ ، ٣١٣
تفكك : ٣٦٢ (١٦٥)
- الأندوسيت : ٤٨ ، ٤٩
- اللوليت : ٤٨
تقادم الطين : ٣١٢ ، ٣٤٩ (١١)
- ، تأثيره في اللازية . ٣١١

تزجيج طافي* : ٣٧٨ (٣٥٨)
- قداماء المصريين : ١٩
- قلوب : ٦
- مط (انظر في تزجيج طافي*)
- معتم : ٦٥٥
تزهر : ٣٦٣ (١٨٢)
تسجيل : ٣٨٢ (٤٢٠) ٤٠٧
تسوية : ٣٦٧ (٢٢٦)
- زخارف تحت التزجيج : ٣٧١ (٢٧٦)
تشابك جزئي : ٣٨٥ (٤٥١)
تشابه بلوري : ٣٧٤ (٣٢٠)
تسريب حراري : ٣٩٣ (٥٣٧)
تشطيب : ٣٦٧ (٢٢٢)
تشغيل يدوي لقياس اللازية : ٣١٩
تشقق : ٣٥٥ (٨١)
تشكيل : ٣٩١ (٥١٨)
- بالتجميع : ٣٥٠ (٢٨)
- بالدفع : ٣٦٦ (٢١٠)
- بالدولاب اليدوي : ٣٩٦ (٥٨٨)
- بالحرق : ٣٩٧ (٦٠٧)
- بالساذف : ٣٥١ (٣٢٣)
- الميكانيكي : ٣٥١ (٣٠)
- بالصب : ٣٥٤ (٧٠)
- بالضغط الجاف : ٣٦٢ (١٧١)
- بالكبس : ٣٨٧ (٤٦٥)
- باليد : ٣٧١ (٢٧٢)
تشويه : ٣٦٠ (١٤٦) ، ٤٠٠ (٦٣٣)

تهتك : ٣٩٠ (٥٠٢)
تهذيب سطح الجسم : ٣٦٩ (٢٥٦)
تهيلم : ٢٧٧ ، ٣٦٩ (٢٥٥)
— حامض السيليسيك : ٢٥٦
توأمية البلورات : ٣٩٧ (٦٠٨)
توباز : ٧٥ ، ١٢٥ ، ٤٢٣ (٣٣٢)
— كاذب (انظر في كوارتزنجي)
توتر سطحى : ٢٩٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٩٥
(٥٦٦)
— تأثير الأملاح : ٣٠٠
— ، الأمونيا : ٣٠٢
— ، القلوى : ٣٠٢
— ، تكوين لازية الطين : ٣٠٣
— ، لجسيات الطين : ٢٩٨
— ، حساب قوة تماسك الطين اللازب : ٣٠٣
— ، السوائل : ٣٠٠
— ، علاقته بالجذب الجزئى : ٣٠٣
— ، فعل حامض الأيدروكلورديريك : ٣٠٢
تورم : ٣٩٣ (٥٤٦)
تورمالين : ١٠٧ ، ١٢٥ ، ١٦٩ ، ٤٢٣
(٣٣٣)
تيتانيا : ٣٩٦ (٥٩٩)
تيرمياريت : ٤٠ ، ٤٢٣ (٣٢٩)
حرف الثاء
ثابت ادمصاص الطين : ٣٠٩
— الأس : ٣٦٦ (٢٠٩)
— الصهر : ٣٥٧ (١١٤)

تعديد : ٣٥٢ (٣٩)
تقدير غروية الطين : ٣٠٩
— الفلبار في الطين : ١٧٧ - ١٨٠
— ماء الامصاص : ٣٢٥
— اللازية : ٣٢٣
تقرير : ٣٥٣ (٦٠) ٣٨٨ (٤٩١) ٤٠٨
تقسيم الطين : ١٤٧ ، ٣٢٧
تقشير طبقة التزجيج : ٣٥٥ (٨٥) ٣٩٠ (٥١٢)
تقويم العجائن : ٣٩٦ (٥٨٦)
تكسر : ٣٦٣ (١٧٦)
تكوين : ٣٥٧ (١١٧)
— الطين : ١٠٣ ، ٢٨٢
— معدنى للطين : ١٨٦
تكوين (تشكيل) : ٣٦٨ (٢٤٢)
تليد : ٣٦٨ (٢٣٢)
تلف : ٣٥٩ (١٤٠)
تلوين المصيص : ١٥
تلين : ٣٩٥ (٥٧٨)
— الطين : ٢٩٧
تماسك الطين ، حسابه : ٣٠٣
تعدد : ٣٦٦ (٢٠٧)
تعليج : ٥
تعيؤ : ٢٧٠ ، ٢٨٩ ، ٣٧٢ (٢٩٤)
تمييز البورسيلان : ٦
تعميم بالفرشاة : ٣٩٧ (٢٩٤)
تسكار : (انظر في تسكال)
تفتية جو المصانع : ٢٨٠
— المحاليل الغروية : ٢٧١

جدول : ٤٠٩
 جدول تقسيم الطين : ١٧٣
 جذب جزئى : ٢٩٦ ، ٣٧٩ (٣٨٢)
 — — ، بين جسيمات الطين : ٢٩٦
 — — ، علاقته بالتوتر السطحي : ٣٠٣
 — — ، الطفل للماء : ٢٩٧
 جذب جزئى ، الطمي للماء : ٢٩٧
 — كهر أوزموزى : ٢٦٢ ، ٣٦٤ (١٨٨)
 — كهر بى : ٢٦٠ ، ٣٦٤ (١٨٧)
 — — ، أنواع : ٢٦١
 — — مصمدى : ٣٥٠ (١٩)
 — — مهبطى : ٣٥٤ (٧١)
 جرانيت : ٧ ، ٤١٧ (١٦٢)
 — ، أنواع مصرية : ١١٦
 — ، تحلل : ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٤٢
 — ، صخر نارى حامض : ١٠٣
 — متحلل : ٦٤ ، ١٤٩ ، ١٧٣ ، ٣٥٩
 — ، نواتج تحلل :
 جرة : ٤ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٤٠٠ (٦٣٥)
 جسم : ٣٥٢ (٤٧)
 — خزفى : ٣٥٥ (٧٧)
 — طينى : ٣٥٦ (٩٣)
 — — أخضر (انظر فى جسم طينى)
 جسم : ٢٣٥ ، ٣٨٢ (٤١٨)
 — ، أبعاد : ٢٣٥
 — ، حساب أبعاد : ٢٣٧
 — ، حساب سطح : ٢٤٢

ثابت العزل الكهر بى : ٢٦٠ ، ٣٦١ (١٥٧)
 ثالث أكسيد الكبريت : ٢٠٦
 ثانى أكسيد الكبريت : ٢٦٩
 — الكريون : ٣١٠
 نقل نوعى : ٣٩٣ (٥٤٧)
 — — خارجى : ٣٥٣ (٥٩)
 — — ظاهرى : ٣٥٠ (٢٢)
 ثوريا : ٣٩٦ (٥٨٧)
 ثيوسيليكات : ٢٠٦

حرف الجيم

جارو : ١١٦ ، ٤١٧ (١٤٨)
 جارنت : (انظر فى مقيق)
 جاسبر : (٣٢٢) ، (١٨٥)
 جالابكتيت : ٤١٧ (١٤٩)
 جانستر : ٤١٧ (١٥٠)
 جايسريت : ٤١٧ ، ٨٤ (١٥٥)
 جيس : ٤١٧ ، ٩١ (١٦٣)
 — اختبار الأورثوكلنز : ٥٨
 — ، شائب فى الطين : ١٥٥
 — ، ضرره : ١٦٥ ، ٢١٠
 — ، فى الطينة الجيرية : ١٦٤
 — ، قابلية ذوبان : ٢٠٧
 — ، مادة أسمنت إضافية : ١٢ ، ٢٧ ، ٢٨
 — ، جيرية : ٨٨
 — ، دهيس أولية : ١٤
 — ، مكافئة لسكربونات الباريوم : ٢١٧
 جبل : ٣٦٩ (١٤٨)

جيسيت : ١٤٤ ، ٤١٧ ، (١٥٦)
 جير : ١٢ ، ١٦ ، ٩ ، ٨ ، (٣٣٧) -
 — ، جفاف : ١٤
 حى : ١٥ ، ٣٨٨ ، (٤٨١)
 جير ، لبن : ٢٥٥
 — مطلقاً : ١٥ ، ٣٩٢ ، (٥٢٧)

حرف الحاء

حافطة تسوية : ٨ ، ٤٤٠ ، ٣٥٤ ، (٦٢) -
 ٣٩٠ ، (٥٠٤)
 حالة أيوتيكية : ٣٦٥ ، (٢٠٣)
 حالة طينية : ٣١ ، ٣٥٦ ، (٩٠)
 حالة غروية : ٣٥٤ ، ٣٥٦ ، (١٠٠)
 — — ، علاقتها باللازية : ٢٩٤
 حامض أرثوسيليسيك : ١٠٥
 حامض أورثوفوسفوريك : ١٥
 — أيدروفلوردرينك : ٦٩ ، ١٧٨
 — أيدروكلوردرينك : ٤٧ ، ١٥٧ ، ٦١ ، ٢٦٧
 — خليك : ٢٨٨
 — ، تأثيره فى غروية الطين : ٢٨٤ ، ٢٨٧
 — — ، — الكولين : ٢٨٨
 — — تلجى : ٢٥٦
 — سيليسيك : ١٠٥ ، ٢٥٦ ، ٢٦١ ، ٢٧٠
 ٢٨٠ ، ٢٨١
 — — تيليم : ٢٥٦
 — عضوى : ٢٨٨ ، ٢٨٩
 — فلورينك : ٦٩

جسيم طينى : ٢٩٨
 — ، علاقة الأبعاد بمساحة السطح : ٢٣٦
 — ، قياس أبعاد : ٢٤٠
 جلود : ٨١ ، ٣٥٣ ، (٥٣)
 — طينى : ٥١
 جمالكة : ٢٦١
 جمبوتيل : ٤٥
 جمشت : ٧٤ ، ٤١٣ ، (١٦)
 جمعية : ٣٩٣ ، (٥٣٩)
 — الحزف الأمريكية : ١٦
 جنين بلورى : ٣٧٧ ، (٣٦٩)
 — — ريشى : ٣٩٠ ، (٥١٠)
 — — شعرى : ٣٩٧ ، (٥٩٩)
 — — كروى : ٣٧٠ ، (٢٦٢)
 — — متلائيء : ٣٧٧ ، (٣٥٦)
 — — مستطيل : ٣٧٧ ، (٣٤٦)
 جهاز بروتينتر : ٢٧٥ .
 — — ، قطاع : ٢٧٦
 — — ترشيح تحت ضغط عال : ٢٧٤
 — — فصل غشائى : ٢٧٣
 — — كهربى : ٢٧٣
 — — قياس الجذب الجزئى : ٢٦٠ ، ٢٦١
 — — اللازية : ٣٨٤ ، (٤٤٧)
 — — كهربى : ٨
 جورنال : ٣٧٥ ، (٣٢٥) ، ٤٠٩
 جول : ٣٧٥ ، (٣٢٤)

حجر كورنول : ٦٥ ، ٤١٥ ، (٩٦)
حجر الكورنيش : (انظر في حجر كورنول) ،
٤١٥ (٩٥)
— لبني : (انظر في الأوبال) ٤٢٠ (٢٢٥)
حجر ياباني : ٦٥ ، ٤١٨ (١٨٤)
حرارة الامصاص : (انظر في تأثير بوليت)
— الانتقال : ٧١
— التحول : ٧١
— التثريب : ٣٩٣ (٥٢٧)
حراريات : ٧ ، ١١ ، ٣٨٨ (٤٨٩)
— ألومينية : ١٦٠ ، ٣٥٠ (١٥)
حركة براون : ٢٥٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٤ ،
٣٥٣ (٥٦)
حرير صخري : (انظر في اسبتوس)
حساب أبعاد جسيمات الطين : ٢٣٦ ، ٢٤٣
حساب ادمصاص المواد المذابة : ٣٠٧
حساب التكوين المعدني للطين : ١٨٦ ، ١٨٩ ،
١٩٠
حساب درجة إنهاء الطين : ٣١٦
— القوانين الجزئية للفلسبار : ٢٢٦
— قوة تماسك الطين اللازب : ٣٠٣
حساب اللازية : ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ،
٣٢٦ ، ٣٢٧
— الزوجية : ٢٩٣
— ماء اللازية : ٣٢٣
— مساحة سطح جسيمات الطين ٢٣٦
حساب معادن الفلسبار : ١٨٣ ، ١٨٩ ، ١٩١ ،
١٩٣ ، ١٩٩ ، ٢٠٠
— العامل السطحي القياسي : ٢٣٩

حامض كبريتيك : ٢٤ ، ٢٥٦
— — ، إذابته للميكا : ١٧٨
— ميتا سيليسيك : ١٠٦
— تريك : ٢٧-
حبة : ٣٧٠ (٢٦٧)
حبل مثنى ، قياس لازية الطين : ٣١٩
حبيبة : ٢٤٨ ، ٢٥٥ ، ٣٧٠ (٢٦٨)
حجر أقلام الإردواز : ٤٥ ، ٤٢٠ (٢٥٤)
حجر الأمازون : ٤١٣ (١٧)
حجر أوعية الطبخ : ٩٨ ، ٤٢١ (٢٦٢)
حجر جيرى : ١٤ ، ٨٨ ، ٤١٩ (٢٠٣)
— — سمالوط (٢٧)
— خرسانة : ٨٣ ، ٤١٥ (٩٢)
— خفاف : ١٤ ، ٦٦ ، ٤٢١ (٢٦٨)
— رملي : ٤٢١ (٢٨٦)
— — نوبى : ٨٢ ، ٤٢٠ (٢٤٣)
— سماق إمبراطورى : ١١٣ ، ٤١٨ (١٧٧)
— الصابون (انظر في استياتيت) ، ٤٢٢ ،
(٣١٢)
— صناعى : ١٠ ، ١١ ، ١٢
— الطباشير الفرنسى (انظر في صابونة الخياط) ،
٤١٥ ، (١٤٦)
حجر طينى : ٤٤ ، ٤١٥ (٨٩)
— قرنى : ٧٧ ، ٤١٨ (١٦٩)
— الصدر : ١٢٥ ، ٤١٥ (٧٢)
— القمر : (انظر في أدوريا) ، ٤٢٠ ،
(٢٣١)
حجر الكاولين : ٢٦ ، ١٥١ ، ١٧٣ ،
٤١٨ (١٨٨)

خرز : ٢٣
 خرسانة خزفية ، ٣٥٤ (٦٩)
 خزاف : ٣٥٥ (٨٠)
 خزف : ١٧ ، ١ ، ٣٥٥ ، (٧٩ ، ٧٨ ، ٧٥)
 ٣٧٥ (٣٢٨) ، ٣٩٤ (٥٧٤)
 — استعمال في الطاقة النووية : ١٨
 — اسكندراى : ٢٤
 — إسلامى : ٢٠
 — بورسيلان (انظر في بورسيلان)
 — ، تطور صناعة : ١٩
 — ، — في مصر : ١٩
 — ، تعريف : ٣ ، ١
 — ، تقسيم : ٣
 — حجرى : (انظر في خزف زلطى)
 — زلطى : ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٣٩٤ (٥٥٧)
 — شعبي : ٢٥
 — صيني (انظر في صيني)
 — طينى : ٤ ، ٥ ، ٧ ، ١٠ ، ١٧ ، ٣٥٦ ، (٨٠)
 — غير مسامى : ٧
 — فاطمى (انظر في إسلامى)
 — فخار : (انظر في فخار)
 — غنى : ٨ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٦
 — قداماء المصريين : ١٩
 — كيميائى : ٩
 — مخلق : ١٠ ، ٣٩٥ (٥٧١)
 — مسامى (انظر في فخار) ، ٤ ، ٣٨٥ (٤٥٤)

حساب معامل النعومة : ٢٤٥
 — معدل ترسيب اللدقائق : ٢٧٧
 — مواد ترسيب الأملاح الذائبة : ٢١٥
 حساب المواد الطينية : ١٧٨
 حساب نعومة الطين : ٢٤٦
 حسان ميكانيكى : ٣٧٢ (٢٨٧)
 حصاء : (انظر في حصوة)
 حصوة : ٨١ ، ٣٨٣ ، (٤٢٤) ، ٤٢٠ (٢٥٥)
 — أسمنت : ١٣ ، ٣٥٦ (٩٤)
 حلقة بولزر الحرارية : ٣٥٣ (٦٠)
 — حرارية : ٣٦٧ (٢٢٧)
 — فيريتاس الحرارية : ٣٩٨ (٦٢٠)
 حلى زجاجى : ٢٦
 حمأ : ١٦٧ ، (٦١)
 حى أبو السعود : ٢٠

حرف الحاء

خاية : ٣٨٤ (٤٣٧)
 خاصة الادمصاص : ٣٠٥
 — شعرية : ٢٩٩ ، ٣٠٣ ، ٣٥٤ (٦٨)
 خاصة غروية : ٢٤٨ ، ٢٥٣
 — ، أنواع : ٢٥٤
 خاصة اللازمية : (انظر في لازية) ٣٠ ،
 ٣٨٥ ، (٤٤٥)
 — — الحرارية : ٢٩١
 خام : ٣٨١ (٤٠٩)
 — ألومنيوم : ٤٦
 — تقيية بطريقة مور : ٣٠٧
 خبث : ٣٩٢ (٥٢٦)
 خرار : ٢٢

درجة تعادل كهربى : ٣٧٤ (٣١٩)
 — خماسية : ٣٨٨ (٤٨٢)
 — رباعية : ٣٨٨ (٤٧٩)
 — صهر : ٣٦٩ (٢٥٢)
 درجة لازية : ٣١٧
 — ليونة : ٣٩٣ (٥٤١)
 — نعومة : ٢٤٥
 — نقاء الطين : ١٦٣
 دقيقة : ٢٣٥ ، ٢٤٩ ، ٢٥٣ ، ٢٧٩ (٣٧٧)
 — ، أبعاد : ٢٣٥
 — ، أنواع : ٢٣٥
 — ، تغير شحنات : ٢٦١
 — ، تقدير الأبعاد النسبية : ٢٥٩
 — حالات ترسيب : ٢٧٦
 — ، السيليكا : ٢٨١
 — ، شحنات : ٢٦٠
 — الطين : ٢٨١
 — — ، الصينى : ٢٤٧
 — ، عوامل ترسيب : ٢٧٩
 — ، الفلسبار : ٢٥٧
 — ، قواعد ترسيب : ٢٧٧
 — ، الكبريت : ٢٥٧
 — ، مصادر شحنات : ٢٦٢
 — المواد الحشنة : ٢٥٧
 — مياحة للسوائل : ٢٥٧ ، ٢٧٤
 — — للماء : ٢٥٦ ، ٢٦٦ ، ٢٧٢ (٢٩٥)
 دقيقة نافرة من السوائل : ٢٥٧ ، ٢٧٤

خزف ، معنى كلمة : ١
 — مصرى حديث : ٢٣
 — ممالك : (انظر فى إسلامى)
 — ، منتجات : ٩
 — مواد أولية : ٣١
 — ، هيئات فنية وعلمية ١٦ ، ١٧
 — ، هيئات فنية وعلمية مصرية : ٢٨
 خزنة حرارية : ٣٥١ (٣٢)
 خشب الأوبال (انظر فى أوبال الخشب)
 خط الازدواج : ٣٥٧ (١١٥)
 خطط علمية : ٣٨٧ (٤٦٨) ، ٤٠٩
 خلية جذب كهربى : ٢٦١
 — كهر حرارية : ٣٩٦ (٥٨٤)
 خواص الطين الحرارية : ٢٢١
 — — وعلاقتها بالمعامل السطحي : ٢٣٩
 — المحاليل الغروية : ٢٥٨
 — منتجات الطين وعلاقتها بالمعامل السطحي :

٢٤٥٠

حرف الدال

داسيت : ١١٣ ، ٤١٦ (١٠٦)
 دبال : ٥٠ ، ٢٧٦ ، ٣٧٢ (٢٩٠)
 دخان : ٢٥٤ ، ٣٩٢ (٥٣٤)
 درجة انتقال : ٧١
 — انصهار : ٣٧٨ (١٦٤)
 درجة إنهاك : ٤٠١ (٦٤٦)
 — أوتيك : ٣٦٥ (٢٠١)
 — تحول : (انظر فى درجة انتقال)

راسب طيني هوأى : ٥٢ ، ٣٤٩ (٨)
 — قسرى : ٣٧٣ (٣٠٦)
 ربو الخزافين : ٣٨٦ (٤٥٨)
 رجل الديك : ٣٩٤ (٥٥١)
 رخام : ٨٧ ، ١٩ ، ٤١٩ (٢١٣)
 رسالة : ٣٨٢ (٤١٦) ، ٤١٠
 رشيح : ٣٦٦ ، ٢٨٧
 رصة : ٣٩٤ (٥٥٣)
 رطوبة : ٣٧٢ (٢٨٨) ، ٣٧٩ ، (٣٨١)
 رغووة . ٢٥٤ ، ٣٦٨ (٢٤٠)
 رقم أيدروجيني : ٢٦٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧
 ٣٨٣ (٤٣٣)
 — — للطين : ٢٨٥
 رقم اللازية : ٣٢٤ ، ٣٨٥ (٤٤٦)
 ركام : ٣٩٦ (٥٩٠) ، ٤٣٣ (٣٣١)
 ركود : ٣٦٨ (٢٣٢)
 — الدقائق : ٢٧٧ ، ٣٥٦ (٩٦)
 رماد أسود : ٢١٨
 — بركاني : ١٧١ ، ١٧٢ ، ٣٩٩ (٦٢٩) ،
 ٤٢٣ (٣٤٠)
 عظام : ٣٥٢ (٤٩)
 رمسيس الثاني : ١٩
 رمل : ١٠ ، ١٤ ، ٧٨ ، ٣٠٦ ، ٣٢٢ (٢٨٥)
 — أبيض : ١٠ ، ١١ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٣٠٥ ،
 ٤٢٣ (٣٤٩)
 — — بلجيكي : ٢٧
 — أتاوة : ٢٨٢ ، ٤٢٠ (٢٤٩)
 — أحمر : ٧٩ ، ٤٢١ (٢٧٦)

دقيقة نافرة ، للماء : ٢٥٧ ، ٣٧٣ (٢٩٦)
 دملج زجاجي : ٢٣
 دهان : ٣٨٢ (٤١٥)
 — جيري : ١٤
 دهن : ٣٨٧ (٤٧٢)
 دورق ماء : ٢٦
 — معامل : ٢٧
 دورية : ٣٨٣ (٤٢٧) ، ٤٠٧
 دولاب تجفيف : ٣٦٢ (١٦٦)
 — تشيك : ٣٩٠ (٥٠١)
 دولوميت = ٩٠
 — ، مادة الأمنت المائي : ١٤
 — ، مادة جيرية : ٨٨
 — ، في طمي النيل : ١٦٩
 دوليريت : ١٤٣ ، ٤١٦ (١١٥)
 دياسبور : ١٤٤ ، ٣٢ ، ٢٨٣ ، ٤١٦ (١١٠)
 ديكايت : ٣٣ ، ٤١٦ (١١)
 ديوريت : ٤٨ ، ١٠٤ ، ١١٣ ، ٤١٦ (١١٣)
 — ميكاني : ١٤٠ ، ٤١٩ (٢٢٢)
 حرف الدال
 ذهب غروي : ٢٦٨ ، ٢٧٤
 — ، كلوريد : ٢٦٨
 ذوبان الأملاح : ٢١٥
 ذوبان الموالد الطينية : ٣٤ ، ١٧٨
 حرف الراء
 رائية : ٣٨١ (٣٩٩)
 راسب شائب : ٣٢
 — طيني : ٤٩

- زاج أزرق : ٣٥٢ (٤٤)
- زجاج : ١٠٠٩ (٢٥٧)
- السليكا : ٣٨٨ (٤٨٠) (٦٢٥)
- ضوئي : ٣٨١ ، ١٠٠ (٤٠٦)
- فاطمي : ٢١ .
- قدماء المصريين : ١٩ .
- كسر : ٣٥٩ ، ٢٧ (١٣٦)
- الكوارتز : (انظر في زجاج السليكا)
- ، لحام : ١٥ .
- مائي : ١٠١ ، ٩٩ ، ٤٠٠ (٦٣٤)
- مصرى حديث : ٢٦ .
- مستحبات : ٩ .
- النوافذ : ١١ ، ٤٠٠ (٦٤٢)
- وعاء : ٩ .
- زجاجي : ٣٩٩ (٦٢٦)
- زخرف : ٣٥٩ (١٤٤)
- زخرقة : ٣٥٩ (١٤٣)
- تحت التزجيج : ٣٩٨ (٦١٤)
- فوق التزجيج : ٣٨١ (٤٠٢)
- زرق : (انظر في زركون)
- زركون : ٨ ، ١٠٦ ، ١١٩ ، ١٢٦ ، ١٣١ ، ١٤١
- عدم تحلل : ١١٩ ، ١٣١
- زركونيا : ٤٠١ (٦٤٨)
- زفير : ٤٢١ ، ٧٥ (٢٨٨)
- كاذب : ٧٥ .
- زلال البيض : ٢٥٧ ، ٢٦١
- زلط : ٧٧ ، ٩٦ ، ٢٤٠ ، ٤١٧ (١٣٧)

- رمل أصفر : ٧٩
- ، ألوان : ٨٠
- ، أنواع : ٨٠
- ، في التربة الزراعية : ١٦٩ (٣٠٧)
- صحراوي : ٤١٦ ، ٧٩ (١٠٩)
- ، في الطين : ١٥٤
- ، من الكوارتز : ٦٧ ، ٦٩
- ، مادة أسمنت أولية : ١١
- ، مادة خشنة : ٨١
- مسحوق : ١٠
- نقي (انظر في رمل أبيض) : ٤٢١ (٣٦٩)
- نهري : ٣٠٦ ، ٧٩ ، ٤٢١ (٢٨١)
- روتيل : ١٥٠ ، ١٦٩ ، ١٨٨ ، ١٩٣ ، ٤٢١ (٢٨٤)
- ريا كولايت : ٤٢١ (٢٧٩)
- ريم : ٢١١ ، ٣٩٠ (٥١١)
- أبيض : ٢١٢
- أخضر : ٢١٢
- بني : ٢١٢
- حديدي : ٢١٢
- ريم فاناديومي : ٢١٢
- كبريتات الكالسيوم : ٢١١
- رينيسيلياريت : (انظر في استياتيت ، سانت لورانس) : ٤٢١ (٢٧٧)
- ريولايت : ٤٢١ (٢٨٠)
- (حرف الزاي)
- زاج أبيض : ٤٠٠ (٦٤٠)
- أخضر : ٣٧١ (٢٦٩)

سقيز (انظر في زفير)
 — كاذب : (انظر في زفير كاذب)
 سل الخرافين : ٣٨٦ (٤٥٩)
 سلتريان : ٦٢ ، ٤١٥ (٧٥)
 سلقون : ٣٧٩ (٣٧٦)
 سناد كبرى : ١٦٧
 سيكيت : ٣٩ ، ٤٢٢ (٣١٠)
 سولوفان : ٢٧١ ، ٢٥٥
 سيانيت (صخر) : ١١٣ ، ١٤٤ ، ٤٢٢
 (٣٢٣)
 — معدن : ٤١ ، ١٠٦ ، ٤١٦ (١٠٥)
 سيانيد الزئبق القروي : ٢٧١
 سيديريت : ١٣٩ ، ٤٢٢ ، (٣٠٠)
 سيراميك (كلة) : ٧٦ ، ١ : (٧٥ ، ٧٨ ، ٧٩)
 — ، تحلل : ١٧٠
 سيفر : ٣٣
 سيليك : ٤١ ، ٣٩١ (٥٢٠)
 — ، عدد حراري : ٦
 — ، ثيو : ٢٠٦
 — جزئية التبلور : ٧٥ ، ٢٨٢
 سيليك زجاجة : ١١ ، ١٤
 — ، صور تاصلية : ٦٢
 — ، غروية : ٢٨١ ، ٢٨٣
 — غير متبلورة : ٧٦ ، ٤١٣ (١٨)
 — مائية : ٣١٨ (٢٠٨)
 — متبلورة : ٦٧
 — معادن : ٦٧

— مكس : ٩٣ .
 زلطة ، ٨١ ، ٣٨٣ (٤٢٤) .
 زلعة : ٤ ، ٣٩٢ (٥٣٣)
 — مغربي : ٢٤ .
 زهرية : ٦ ، ٢٥٠ .
 زيادة نسبة الجير في الطين : ٢٢١ .
 — — السيليك في الطين : ٢٢١ .
 — — مكوبات الطين : ٢١٩ .
 زيت بندر الكتان : ٣٠٧ .
 زير : ٤ ، ٤٠٠ (٦٣٥) .
 حرف السين
 سائل رقرق : (انظر في مانع)
 سالبا الضوئية : ٣٨١ (٤٠٧)
 سانسكريتية (لغة) : ٣٩٠ ، (٥٠٨)
 سانيلين : ٤٢١
 ساندين صوديومي : ٤٢٠ (٢٣٦)
 — فيزوفيا : (انظر في زيا كولايت) ٤٢٣
 (٣٣٨)
 سبب (مقطع كلة) : ٢ ، (٥١٠)
 سيكة : ٨
 سد : ٣٦٣ (١٨٠)
 سربنتين : ١١٠ ، ١٤٠ ، ١٨٧ ، ٢٠٠ ،
 ٤٢٢ (٢٩٧)
 — تحلل : ١٤٤
 سرج : ٣٩٠ (٥٠٣)
 سفنجة : ٣٩٤ (٥٤٩)

شبه معلق : ٣٩٥ ، (٥٦٨)
شبه الطين : ١٧١
— الفلبسبار : ١٢٠ ، ٤١٧ (١٣٣)
شحم : ١٤
شفة دقائق الطين : ٢٨٤
شراب الفقاع : ٢٢
شرح : ٣٥٨ (١٢٧)
الشركة العامة لإنتاج الحراريات والفخار : ٢٥
شروبيريت : ٤٨ ، ٤٢١ (٢٩١)
شظية : ٣٩٤ (٥٤٨)
شعاب مرجانية : ١٣
شعيرة : ٢٥٣
شفافية : ٣٩٧ (٥٩٧)
— جزئية : ٣٩٧ (٥٩٦)
شقاقة : ٩٦
شك (تجمد : ٣٩١ ، ٥١٦)
— النصيص : ١٥ ، ٣٨٤ (٤٤١)
شيرت : ٧٧ ، ٢٨٢ ، ٤١٥ (٧٨)
شيزوز : (انظر في أبيض الرصاص)
حرف الصاد
صابونه الخياط : ٩٨ ، ٤٢٢ (٣١٢)
صنغ : ٣٦٣ (١٧٨)
صحن : ٣٨٥ (٤٤٨)
صخر اسوان قاعدى : ١١٣
— بازلقى :
— بركانى : ١٣ ، ١٠٤ ، ١١٦ ، ١٧٠ ،

سيلكات : ١٠٥
— أحادى الكالسيوم المائبة : ١٢
— الومينا الجير : ١
— الومنيوم مائبة : ١٠٨
— ، انصهار : ١٧
— أورثو : ١٠٥
— بوتاسيوم : ٩٩
— ، تحت : ١٠٧
— ، ثيو : ٢٠٦
— صوديوم : ٩٩
— غروية : ٢٨٣ ، ٢٨٧
— كالسيوم الومنيوم وحديد معقدة : ١٢
— مائبة : ١٠٨ ، ٢٨٠
— متعددة : ١٠٧
سيلكات ، ميتا : ١٠٦
سيليكوزيز : ٣٩٢ (٥٢٤)
سيلكون : ٣٩١ (٥٢١)
سيلكونات : ٣٩١ (٥٢٣)
سليمانيت : ٤٨ ، ٤٩ ، ١٠٦ ، ٤٢٢ ، ٢٨٣
(٣٠٥)
سيلينيو غروى : ٢٧٠
سيلولوز : ٢٥٥ ، ٣٠٩
سيموليت : ١٠٩ ، ٤١٥ (٨٦)
سينويت : ٤٨ ، ٤٢٢ (٣٠٨)
حرف الشين
شب : ٥ ، ٢٨٠

— — ، قاعدى : ١٠٥ ، ١١٩ ، ١٣٨ ،
 ١٤٣ ، ١٩٣ ، ٤١٤ (٤٤)
 — — ، تحلل : ١٤٣
 صخر نارى متداخل : ١٣٣ ، ٤١٨ (١٧٩)
 صقل سطح الجسم : ٣٦٦ (٢١٥)
 صلادة : ٣٧١ (٢٧٧)
 صلاد : ٣٧١ (٢٧٤)
 صلصال : ٣٥٦ (٩٢)
 صمغ : ١٥ ، ٢٩٠
 — عربى : ٢٥٧ ، ٢٦١ ، ٢٦٨ ، ٢٧٤
 صناعة الأسمت فى مصر : ٢٧
 — الحزف : ١٥
 الفخار : ٣٨٦ (٤٦١)
 صناعى : ٣٧٤ (٣٠٩)
 صندوق صناعة القالب : ٣٨٠ (٣٨٨)
 صوان (انظر فى زلط)
 صودا أورثوكليز : (انظر فى اورثوكليز
 صوديومى)
 صودا الفسيل : ١٠١
 صوداليت : ٢٨٣ ، ٤٢٢ (٣١٧)
 صودا ميكروكلين : (انظر فى ميكروكلين
 صوديومى)
 صيني : ٦ ، ٣٥٥ (٨٣)
 — زجاجى : ٣٩٩ (٦٢٧)
 — طرى : ٣٩٣ (٥٤٠)
 — العظام : ٣٥٣ (٥٠)

٤٢٣ (٣٤٢)
 — — ، تحلل : ١٤٣
 صخر جبرى : ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٥٤ ، ١٦٤ ،
 ٤١٤ (٦٤)
 صخر ذوكولنة جزئية : ١٤٨ ، ٣٩١ (٥١٥) ،
 ٤٢٢ (٢٩٥)
 — راسب : ١٢٩ ، ١٣٠ ، ٤٢٢ (٢٩٣)
 صخر رملى : ٧٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠
 صخر طينى : ١٢٩ ، ١٣٠ ، ٤١٤ ، (٣٢)
 صخر فلسبارى : ٦٣ ، ٤١٧ (١٣٢)
 — نارى : ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٢١ ، ١٢٦ ،
 ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٤٤ ، ١٥٥ ، ٣٧٣ (٣٠١) ،
 ٤١٨ (١٧٤)
 — — ، أنواع مصرية : ١١٢ ، ١١٣
 — — تجريرة تحلل : ١١٨
 — ، تحلل ٢١٨
 صخر فلسبارى : تركيب : ١١٠
 — — ، مقارن : ١١١ ، ١١٦ ، ١٢٩ ، ١٣٠
 — — ، تكوين معدنى : ١١٠
 — — جوفى : ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١١٦ ، ٤٢١ ،
 (٢٦٠)
 — — حامض : ٣٣ ، ١٠٤ ، ١٢١ ، ١٣١ ،
 ١٣٩ ، ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ٤١٣ (١)
 — — ، حموضة : ١١٦
 — — ، عوامل تحلل : ١١٨ ، ١١٩
 — — ، قابلية تحلل : ١١٩

- بنجام وجرين لقياس لازية الطين : ٣٢٠
 - التشغيل اليدوي لقياس لازية الطين ٣١٩
 - تشويه الكرة لقياس لازية الطين : ٣٢٠
 - التفتيت لتحضير المحاليل الغروية : ٢٦٥
 - التكتيف لتحضير المحاليل الغروية . ٢٦٨
 - الحبل المثنى لقياس لازية الطين : ٣١٩
 - زيجموندى لاختبار الخواص الضوئية
 للمحاليل الغروية : ٢٥٨ .
 - طريقة الضغط الآلى لقياس لازية الطين
 ٣١٩
 - مور لتنقية الخامات : ٣٠٧
 - ميللور فى التحليل الاستنتاجى : ١٧٨
 طعم : (٥٧٥)
 طفال : (أنظر فى طفل)
 طفل : ٥٠ ، ١٦٠ ، ١٦٢ ، ٢٩٧ ، ٤٢٢
 (٢٩٨)
 - اسنا : ٢٠٧ ، ٢١٠ ، ٢٢٥ ، ٤١٦
 (١٢٥)
 - ، تركيب
 - المقطم : (أنظر فى طينة المقطم)
 طلق : ٤٤ ، ٤٥ ، ٩٧ ، ١٤٤ ، ٤٢٢
 (٣٢٦)
 - كاذب : ٣٩ ، ٤٢١ (٢٦٧) .
 طعى : ١٦٩ ، ١٧٦ ، ٢٩٧ ، ٣٩٢ (٥٢٥) .
 ٤٢٢ (٣٠٦)
 - النيل : ١٦٩ ، ١٧٦ .

- قشر البيض : (انظر فى صيني يابانى) ،
 ٣٦٤ ، (١٨٣)
 - يابانى : ٣٧٤ (٣٢١)
 حرف الضاد
 ضار : ٣٦٠ (١٤٩)
 ضباب : ٢٥٤ ، ٣٧٩ (٣٧٨)
 ضغط الادمصاص : ٣٠٥
 الضغط الآلى لقياس لازية الطين : ٣١٩
 - الانهاك : (انظر فى درجة الإنهاك)
 حرف الطاء
 طاجن : ٢١ ، ٩ ، ٢٥٨ (١٢٣)
 طاحون بنى : ٢٦٦ ، ٢٨٢
 - رحي : ٢٨٢
 - غروى : ٢٦٦
 طاقة نووية : ١٨
 طباشير : ٨٨ ، ٤١٥ (٧٧)
 طبق : ٣٦١ (١٦٢)
 - طعام : ٢٥
 طبقة حافظه : ٣٩٨ (٦١٩)
 ضبقت هلمولنز : ٢٦٤ ، ٣٧١ (٢٧٩)
 طحن رطب : ٢٨٥ ، ٣٧٦ (٣٣٦)
 طرابلس : ٤٢٣ ، ٨٥ (٣٣٧)
 طرد الهواء من الطين : ٣٥٩ (١٣٧)
 طريقة آشلى لتقدير غروية الطين : ٣٠٩
 - امبلى لقياس لازية الطين : ٣٢١

— أوهيو : (انظر في كاولين أوهيو)
طين بازلتي : ١٤٣ ، ١٧٦ ، ٤١٤ (٤٣)
طين بحري : (انظر في طينة بحرية)
طين بركاني : ١٧١ ، ١٧٦ ، ٤٢٣ ، (٣٤١)
— ، بنية : ٢٣٥
— ، عينة : ٣١٥
— بوهيمي (انظر في كاولين بوهيمي)
— ، تأثير الأملاح في غروية : ٢٨٨
— ، بوليت : ٣٢٦
— ، التقاد في لازية : ٣١٥
— ، الحرارة في غروية : ٢٨٩
— ، الزمن في غروية : ٢٨٨
— تيني : (انظر في طينة تيني)
— تجاري : ٢٨١
طين ، تحليل استتاجي : ١٧٨
طين ، تحليل كيميائي : ١٨٢
— ، تركيب : ١٧٧
— ، تفسير لازية : ٢٩٤ ، ٣١٣
— ، تقدير لازية : ٣٢٢
— ، ماء لازية : ٣٢٣
طين ، تقسيم : ١٤٧
— ، تكوين : ١٠٣
— ، تور سطحي : ٢٩٨ ، ٣٠٢
— ، ثابت ادمصاص : ٣٠٩
طين التنظيف : انظر طين صابوني
طين ثانوي : (انظر في طينات) ١٢٦
١٢٧ ، ١٤٨ ، ٣٩١ (٥١٣)

طوب : ٧ ، ٢٥ ، ٣٥٣ ، (٥٤)
— أجوف : ٣٧٢ (٢٨٤)
— أسنتي : ١٤٥
— بلدي : ٣٥٧ (١٠٤)
— بناء : ٤ ، ٧ ، ٣٩٤ (٥٦٠)
— حراري : ٢٥ ، ٢٦ ، ١٨٧
— ديامل : ٣٦١ (١٥٦)
— رصف : ٣٨٢ (٤٢١)
— زركونيا : ٤٠٤ (٦٤٩)
طوب مدخن : ٣٩٢ (٥٣٥)
— نبيء (انظر في لبن)
— وجهات : ٣٦٦ (٢١١)
طية (مدينة) : ١٩
طين : ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ٣١ ، ٣٧٦ (١٣٣)
(٣٣٤) ٤١٥ ، (٨٧)
طين إبرنهان : ٣٢٦ ، ٤١٦ (١١٧)
— ادمصاص = الرطوبة / ٣٢٦
— أرمل (انظر في طينة أرمل)
— أسوانلي : (انظر في طينة أسوان)
— ، اشتقاق الاسم : ٣١
— ، أصل : ١٠٣
— ، أملاح ذائبة في : ٢٠٦
— ، انهاك : ٣١٦
— ، أنواع : ١٧٣
طين أولى (انظر في كاولينات) : ١٢٦ ،
١٤٨ ، ١٤٩ ، ٣٨٧ (٤٦٦) ، ٤٢١ (٢٦٦)

-- ، تركيب
 -- ، ثابت ادمصاص : ٣٠٩
 -- ، من حجر كورنول : ٦٥
 -- ، دقائق : ٢٤٧
 -- ، رقم أيدروجيني : ٢٨٥
 -- ، عدد لازية : ٣٢٢
 -- ، فرزه للأملاح الدائبة : ٢٠٩
 -- ، مادة طينة كروية : ١٧٣
 -- ، نوايج تحليل : ١٨٢
 -- ، نوع من الكاولين : ١٧٣
 -- طبقات الفحم : ٤١٧ ، ٣٦٧
 -- طبق : (أنظر في طفل)
 -- ، عدد اللازية : ٣٢٢
 -- ، عوامل غروية : ٢٨٩ ، ٢٨٨ ، ٢٨٥
 -- ، غروية : ٢٨٠
 -- الفخار : ٣٦٩ ، (٢٤٣)
 -- طين ، فعل البكتيريا بغروية : ٢٨٩
 -- طين ، فعل البكتيريا بلازية : ٣٠٩
 -- ، المواد العضوية بلازية : ٣٠٩
 -- فلدشتين : ٣٢٦ ، ٤٢٣ (٣٤٥)
 -- قدماء المصريين : ٣١٠ ، ٤١٦ (١١٩)
 -- ، قواعد حساب التكوين المعدني : ١٨٩
 -- ، قوانين جزئية معادن : ١٨٧
 -- ، قوة تماسك عجائن : ٣٠٣ ، ٣٠٤
 -- ، قياس غروية : ٣٢٧
 -- ، لازية : ٣١٨
 -- طين ، لازية : ٢٩١

طين ثانوي حراري : ٦
 طين تلجي : (أنظر في طينة تلجية)
 طين ، جدول تقسيم : ١٧٣
 -- ، جذب جزئي : ٣٢٢
 -- ، حالات عجائن : ٣٢٤
 -- ، حساب التكوين المعدني : ١٨٦
 -- ، قوة تماسك عجائن : ٣٠٤
 -- خامة أصمت : ٢٨
 -- ، خفض ماء عجبن : ٢٨٧
 -- ، خواص من العامل السطحي : ٢٣٩
 -- ، المنتجات من العامل السطحي : ٢٣٩
 -- ، درجة أقصى انتشار دقائق : ٢٨٧
 -- ، -- انهاك : ٣١٦
 -- ، -- لازية : ٣١٧
 -- طين ، دقائق : ٢٨١
 -- طين رخو : ٤٩
 -- ، رقم أيدروجيني : ٢٨٥
 -- ، -- لازية لأريديج : ٣٢٤
 -- زلطي : ٢٨١
 -- ، سوائل وسط انتشار : ٢٨٤
 -- سيناء : (أنظر في كاولين سيناء)
 -- صابوني : ٢٩٠
 -- طين ، صخور : ٤٩
 -- صمغي : (أنظر في طفل)
 -- طين صيني : ١٥٣ ، ٤١٥ (٧٩) ، ٤١٦
 (١٢٢)
 -- ، من تحلل الأورثوكليز : ١٣٤ ، ١٣٥

— ، نواج انتقال = ١٢٧
 — نيوجرسی الحرأوى : ٤٢٠ (٢٤٠)
 طين هوأى : ٤٧٠، ٣٤٩ (٨) ، ٤١٣ (٣)
 (أنظر فى طينة كتيب)
 — هيرتسو : ٣٢٦ ، ٤١٨ (١٦٧)
 طين ، وجود : ٣١
 — ، الفلبار فيه : ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٦١ ،
 ١٨٦ ، ١٦٨
 طينات : ١٤٨ ، ١٥٤ ، ٣٩١ ، (٥١٣) ،
 ٣٩٧ (٥٩٨)
 — ادمصاص الجزئيات الكبيرة : ٣١٠
 — تحليل كيميائى : ١٨٢
 — درجة لازية : ٣١٧
 طينات ذات خواص حرارية عالية : ٢٥ ،
 ١٥٦ ، ٤١٨ (١٦٦)
 طينات ذات خواص حرارية متوسطة : ١٦١ ،
 ٤١٩ (٢١٨)
 طينات سهلة الانصهار : ٤ ، ١٦٣
 — مادة الفخار : ٤ .
 — معادن : ٣٢ ، ٣٨
 — نواج انتقال الطين : ١٢٧
 — نواج تحليل الأتواع للصربية : ١٨٤
 — الولايات المتحدة الأمريكية : ٢٨٥
 طينة ابلز : (انظر فى طينة السباكة)
 — ارمل : ١٦٥
 — أسوان : ١٦٣
 — ميليسية : ١٦٣

— لوتزشم : ٣٢٦ ، ٤١٩ (١٩٨)
 — لوتيان : ٣٢٦ ، ٤١٩ (٢٠٨)
 — ، لون بعد تسوية : ٢٢٢
 — ليمور الإنجليزى : (٢٠٠)
 — ، ماء الارتباط : ١٠٨ ، ٢٢٠
 — ، ماء أغشية : ٢٩٧ ، (٢٠٩)
 — ، ماء تلين : ٢٩٧
 — ، ماء لازية : ٣١٧
 طين متبقى : (أنظر فى كاولينات) ١٢٦ ،
 ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ٣٨٧ (٤٦٦) ،
 ٣٨٩ (٤٩٢) ، ٤٢١ (٢٧٨)
 — ، مساحة مسطح جسيمات : ١٨٥
 طين مصرى : ١٤٩ ، ١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٦٣ ،
 ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ،
 ١٧٠ ، ١٧١
 — ، مضار الكبريت : ٢٠٥
 طين ، معادن : ١٧٧
 — ، معامل سطحي : ٢٣٨
 — ، مكافئات جزئيات معادن : ١٨٧
 — ، مكس : ٨ ، ٩٥
 طين منقول (أنظر فى طينات) ، ١٤٨ ، ٤٢٣ ،
 (٣٣٥)
 — ، مواد : ٣١
 — ، عضوية به : ٢٠٤
 — ، ميسورى : ٢٤٨ ، ٤٢٠ (٢٢٧)
 — ، نعومة : ٢٣٦ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦
 — ، نقاء : ٢٠١

— سباكة : ١٦٤ ، ١٧٥ ، (٣٤٤) ٤١٩ ،

(٢٠٥)

— سوهاج : ١٨٤

طينة سيليبية : ١٦٣ ، ١٧٥ ، ٤٢٢ (٣٠٢)

— شبرا : ١٨٥

— طرة : ١٦٥ ، ١٨٥ ، ١٧٩

— فلوريدا : ١٥٦ ، ٤١٧ ، (١٤١)

طينة قارية : ١٦٧ ، ٤١٤ ، (٥٣)

طينة قارية : ٦ ، ١٦٦ ، ١٧٥ ، ٤١٣ (٨)

طينة قنا : ١٨٤

طينة كتيب : ٥٢ ، ٣٧٧ ، (٣٤٥) ، ٤١٩

(٢٠٦)

طينة كربونية : ١٦٧ ، ١٧٥ ، ٤١٥ ، (٦٨)

طينة كروية : ٣٩ ، ١٥٧ ، ٤١٤ ، (٥٧)

— إسواني : ١٥٧

— ألمانية : ٣٠٨ ، ٤١٧ ، (١٥٤)

— إنجليزية : ١٥٧ ، ٢٨٦ ، ٤١٦ ، (١٢)

— تيبسي : ٢٨٦ ، ٣٠٨ ، ٣٢٢ ، ٤٢١

(٣٢٨)

طينة لاصقة : (انظر في طينة كروية)

— مائة : ٣٠٧ ، ٤١٧ ، (١٤٧)

طينة مصرية : ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤

١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ،

٢٠٧

طينة انقطب : ١٦٥ ، ١٧٢ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ،

٢٢٥

— عامة : ٢٥ ، ٢٢٥

— كروية : ١٦٠

— استعمال في التزجيج : ٢٥

— مفروزة : ٢٥ ، ١٦٣

— الومينية : (انظر في مادة حرارية

الومينية)

طين بحرية : ٥١

— بورسيلان يضاء : (انظر في انديانيت) ،

٤٢٣ (٣٤٨)

طينة يضاء : ٥ ، ١٥٦ ، ٤٢١ ، (٢٦٥)

— تيبسي : ٢٤ ، ١٦٥ ، ١٧٥

طينة تلجية : ٥١ ، ١٥٤ ، ١٧٠ ، ١٧٦ ،

٤١٧ (١٥٧)

— جبل الغازات : ١٦٨

— جورجيا : ١٥٥ ، ٤١٧ ، (١٥٣)

طينة جيرية : ٥ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٧٥ ،

٤١٤ (٦١)

طينة حديدية : ٥٠ ، ١٢ ، ١٧٥ ، ٤١٧

(١٣٥)

طينة حرارية : ٦ ، ٤١٧ ، (١٣٦)

طينة دياتومية : ٨٤ ، ٤١٦ ، (١١٢)

طينة رابطة حرارية : ١٦٠ ، ١٧٤ ، ٤١٤

(٥١)

طينة ركام : ٥١ ، ١٧٠ ، ٣٩٦ ، (٥٩٠)

طينة زلطية حرارية : ١٥٩ ، ١٧٤ ، ٤١٧

(١٣٩)

عزل حرارى : ٢٦٧ (٢٢٥)
 عصر الذرة : ١٨
 — فاطمى : ٢١
 عصور وسطى : ٢٧٩ (٣٧٢)
 عطر الترميتين : ٢٦٢
 عقص : ٢٨٩
 عقيق أبيض : ٧٦ ، ٤١٤ (٦٥)
 — أحمر = ٧٦ ، ٤١٥ (٧٠)
 — اليه العذبة : (انظر فى عقيق أبيض)
 — يمانى : ٧٦ ، ٤١٣ (٥)
 علم الاشتقاق : ٣٦٥ (١٩٨)
 — الأثروبولوجيا : ١٥ ، ٣٥٠ (٢٠)
 — التربة : ٣٨٢ (٤٢٢)
 عملية اختزال : ٢٦٨
 — أكسدة : ٢٦٩
 — تجزئة : ٣٨٣ (٤٢٥)
 — فصل ٣٧٦ (٣٤٢) (استخلاص مائى)
 — نجفيف : ٣٦٢ (١٧٣)
 — تخمير : ٣٥٠ (١٨)
 — تدخين : ٢٩٢ (٥٣٦)
 — تزجيج : ٢٩٩ (٦٢٨) ، ٢٧٠ (٢٤٧)
 — تزجيج : ٣٧٠ (٢٦١)
 — تعبئة : ٣٨٢ (٤١٤)
 — هضم كيميائى : ٣٦١ (١٦٠)
 عنصر الثوزيوم : ٢٤٠
 — مخلق : ١٨

طينة نهريّة : ٤١٣ (١١) ، (انظر فى طمى)
 طينيت : ٣٥ ، ٤١٥ (٩١)

حرف الظاء

ظاهرة التشابه البلورى : ٣٧٤ (٣٢٠)
 ظاهرة تندال : (انظر فى تأثير تندال)

حرف العين

عازل حرارى : ٢٦ ، ٨

— كهربي : ٢٥ ، ٨

عامل (رياضى) : ٣٦٦ (٢١٢)

— اختزال غروى : ٢٦٨

أكسدة غروى : ٢٦٩

— مجزىء غروى : ٢٦٦ ، ٢٧٦

عامود أسمنت : ٢٦

عئين : (انظر فى تراب)

عجان : ٣٥٢ (٤٥)

عجينة باريس : ٣٨٤ (٤٤٠)

— تزجيج : ٢٧٦

— طينة : (انظر فى صلصال) ، ٣١٥ ،

٣٥٦ (٩٢)

— رقيقة : ٢٩٢ (٥٣٠)

— مصيص : ٢٧٦

— يابسة : ٣٨٩ (٤٩٦) ، ٣٩٢ (٥٥٥)

عدد ذهبي : ٢٧٤ (٢٦٥)

— اللازمية : ٣٢٢

عدسة زجاجية : ١١

عديم التوافق : ٣٧٣ (٣٠٥)

غروية حامض السيليك: ٢٦١، ٢٨٠، ٢٨١

— خلاصة القش : ٢٩٠

— ، خواص حركية : ٢٥٩

— ، — ضوئية : ٢٥٨

— ، — كهربية : ٢٥٩

— ، كيميائية : ٢٦٤

— الدخان : ٢٥٤

— الدم : ٢٨٠

— الذهب : ٢٦٨

— الرغبة : ٢٥٤

— سيانيد الزئبق : ٢٧١

— السيليكات : ٢٨١

— السيليكات : ٢٨٢ ، ٢٨٩

— السيلينيوم : ٢٧٠

— الشب : ٢٨٠

— الضباب : ٢٥٤

غروية الطين : ١٢٢ ، ٢٨٠ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥

٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩

— ، أنواع : ٢٨٤

— ، تأثير القلوي : ٩٩ ، ١٠٠ ، ٢٦٨ ، ٢٨٨

— ، تقدير : ٣١٤

— ، عوامل حفظ : ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣١٠

— ، — رفع : ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ٢٦٨

٢٧٤ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩

— ، قياس : ٣٢٧

— الفضة : ٢٦٨

— الفلزات : ٢٥٧ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨

عوامل تحلل الصخور النارية : ١٢٢ ، ١٢٣

— ترسيب المحاليل الغروية : ٢٧٦ ، ٢٧٩

— تعرية : ١١٧

— خفض غروية الطين : ٢٨٧ ، ٢٨٨

٣١٠ .

— رفع غروية الطين : ٩٧ ، ٩٩ ، ٢٧٧

٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٠٩ .

— رفع لازية الطين : ٢٩٤ ، ٣٠٩

— مؤثرة في غروية الطين : ٢٨٥

عين الشمس : (انظر في أوبال)

— النمر : ٧٥ ، ٤٢٣ (٣٣٠)

— الهر : ٧٥ ، ٤١٥ ، (٧٤)

عيون حلوان الكبريتية : ٢٦٩

حرف العين

غاز محيوس : ٣١٠ ، ٣١٢

غبار : (انظر في تراب)

غراء : ١٥

غروي : ٢٥٣ ، ٣٥٦ (٩٧)

— إضافي : ٢٨٠

— حافظ : ٢٧٤ ، ٣٨٧ (٤٦٩)

— كامن : ٢٨١ ، ٢٨٣

غروية الألومينا : ٢٨٣

— ايدروكسيد الحديدك : ٢٨٠ ، ٢٨٤

— البلاتين : ٢٦٨

— البنتونيت : ٢٨١

— ، تعادلهما : ٢٦٤

— متبلور : ٣٥٠ (١٧)
 — متجانس : ٣٧١ (٢٨٠)
 — متغير : ٣٧٤ (٣١٥)
 — متوافق : ٣٧٣ (٣٠٥)
 — مسامى : ٣٧٣ (٣٠٤) ، ٣٨١ (٣٩٦)

حرف الفاء

فاحص : ٣٨٩ (٤٩٥) ، ٤١٠
 فاحورة : ٣٨٦ (٤٦٢)
 فاراشيات : ٣٧ (١٢٦)
 فاطمين : ٢٠
 فايد : (بلد) : ٢٨
 قديوسيل : (انظر في سيليكاجيا)
 ٣٩٩ (٦٢٥)
 فخم حيواني : ٣٠٧
 فخار : ٤ ، ٧ ، ١٩ ، ٣٨٦ (٤٦٠)
 (كلمة) : ١
 أبيض : ٥ ، ١٩ ، ٣٦٣ (١٨٠) ، ٤٠٠ (٦٣٩)
 أحمر : ٤ ، ٧ ، ١٩ ، ٣٩٦ (٥٨١)
 أنواع : ٤ .
 شيستيرنى : ٣٥٦ (٨٦)
 — عادى : ٤ ، ٣٥٧ (١٠٥)
 — غير مترجج : ٣٥٨ (١٢٩)
 فخراى : ٣٨٦ (٤٥٧)
 فرز الدقائق : ٢٨٠
 فرز غشائى : ٢٧١ ، ٣٦١ (١٥٥)
 — الطين : ٢٤٨ ، ٢٨٠
 — القشدة : ٢٦٣

غروية الفلبار : ٢٥٨ ، ٢٨٤
 غروية الكاولينات : ٢٨٨
 — الكبريت : ٢٦٩
 — الكبريتيد : ٢٥٧ ، ٢٦١
 — الزئبقيك : ٢٧١
 — الزرنيخوز : ٢٧١
 — اللاقزات : ٢٥٧ ، ٢٦٩
 — اللبن : ٢٨١
 غروية ، المحاليل : ٢٥٤
 — المستحلب : ٢٥٤
 — مباله للسوائل : ٢٥٦
 — نافرة من السوائل : ٢٥٧
 — هاليدات الفضة : ٢٥٧ ، ٢٧١
 — هلام : ٢٥٤
 غرين : (انظر في طمى)
 غزة : (مدينة) : ١٣ ، ٦٦
 غشاء : ٢٥٣ ، ٣٦٦ ، (٢١٧)
 — حافظ : ٣٩٨ (٦١٩)
 — شبه منقذ : ٢٥٥ ، ٢٧١
 — الماء : ٣١٥
 — ، سمك : ٣٠٤
 — ، اللثانة : ٢٥٥
 — منقذ : ٣٨٣ (٤٣٠)
 غلاف مقاييس درجات الحرارة العالية : ١١
 غلاية : ٣٥٢ ، ٨ (٤٨)
 غمس : ٣٦١ ، (١٦١)
 غم : ٤٠١ ، ٢ (٦٤٣)
 غير لازب : ٣٨١ (٣٩٥)

— بوتاسيومى : ٥٥ ، ١٢٣ ، ٤٢١ (٢٦٣)
 — تحلل : ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٦ ،
 ١٣١ ، ١٣٧ ، ١٤٠ ، ١٤٢ ، ٣٣٣
 — تقدير فى الطين : ١٧٨ ، ١٨١
 — جبرى : ٥٥ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢
 — حساب : ١٨٣ ، ١٨٩ ، ١٩١ ، ١٩٢ ،
 ١٩٩ ، ٢٢٦
 — فى الخلطات الطينية : ٢٢٩
 — ذوبان فى حامض الأيدروكلوردريك
 المركز : ٥٧
 — فى الرمل : ٧٩
 — صخور : ٥٣
 — فى الصخور ذات الكولة الجزئية :
 ٦٤ ، ٦٥
 — فى الصخور النارية : ١٠٤
 — صناعى : ٥٨ ، ٤١٤ (٣٤)
 — صوديومى : ٥٥ ، ١٢٣ ، ٤٢٢ (٣١٤)
 — فى الطين : ١٦٢ ، ١٦٨ ، ١٨٦
 — غروى : ٢٥٧ ، ٢٨٣
 — قلوئى : ٦٣ ، ١١٥ ، ٤١٣ (٩)
 — مادة خشنة : ٩٦ ، ٢٤٠
 — متعدد سيليكات : ١٠٧
 — مساعد صهر : ٧
 — معادن : ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦
 — نقى : ٥٥
 — فليست : ١٣٤ ، ١٣٧ ، ٤١٧ (١٢٩)

فرق الجهد الكهربى للألومينا : ٢٨٤
 فرن : ٨ ، ٣٦٩ (٢٤٩)
 فرن دورى : ٣٧٤ (٣١٣) ، ٣٨٣ (٤٢٨)
 — ذو لهب مباشر : (انظر فى قمين)
 — عاكس : ٣٨٩ (٤٩٤)
 — قوس كهربى : ١١ ، ٣٥٠ (٢٤)
 — مستمر : ٣٥٨ (١٢٠)
 — مستور : ٣٨٠ (٣٩٠)
 فساد : ٣٦٠ (١٤٧)
 فسطاط (مدينة) : ٢٠ ، ٢٤
 فيفساء : ١١ ، ٢٣
 فصل غشائى : ٢٧٢
 فضلات المذابح : ٢٧٦
 فعل البكتيريا والمواد العضوية بغروية الطين
 ٢٨٩
 — القلوئى بلتوجة الطين : ٢٨٨
 قفّاع (شراب) : ٢٢
 قفّاعة : ٢٥٣
 قعد الماء : ٣٦٠ (١٤٨)
 قنز : ٨
 — غروى : ٢٥٧ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩
 فنيبار : ٦ ، ٥٤ ، ٤١٧ (١٢٨ — ١٣٠)
 — اشتقاق اسم : ٥٣
 — أصل الآلوفين : ٤٦
 فليبار : أصل المعادن الكاولينية : ٣٣
 — بديل : ٥٩

قارورة : ٢٧
 قيشاني : (انظر في تريجة قيشاني)
 قاطر ميره : (انظر في قاطر ميره)
 قاطر ميز : ٢١
 قاعدة توازن الوسط ٣٨٣ (٤٣١)
 — حمل كهربى : ٨
 — شولتز : ٢٧٨
 قاموس المصطلحات : ٣٤٩ ، ٣٧٠ (٢٦٣)
 قانون استوكس : ٢٤٧ ، ٢٧٨
 — جزئى الأباتيت : ١١٩
 — — أسمنت بورتلاند : ١٢
 — — ألبيت : ١٨٧
 — — آلوفين : ١٠٩
 — — امفيول : ١٠٦
 — — أندالوسيت : ١٠٦
 — — أنورثيت : ٥٤
 — — أوجيت : ١٠٦
 — — أورثوكلز : ١٨٧
 قانون الأوليفين : ١٢٠
 — — ايدروكسيد باريوم مائى : ٢١٣
 — — ايلمانيت : ١٩٣
 — — يروفيليت : ١٠٨
 — — يروكسين : ١٠٦
 — — يوتيت : ١١٠
 — — دولوميت : ١٨٧
 قانون جزئى الروتيل : ١٨٨
 — — الزركون : ١٠٦

قلقة : ٣٩٢ (٥٣١)
 فلورسبار : ١٢٤ ، ٤١٧ (١٤٤)
 فلوريت : انظر في فلورسبار : ٤١٧ (١٤٣)
 فلوريد كالسيوم : (انظر في فلورسبار) ٣٠٦
 قم الخليج (ص) : ٢٠
 فنجان شاي : ٢٩٥ ، ٩ (٥٧٦)
 فورمالدهيد : ٢٦٨ ، ٢٧٢
 فوسفات : ٢٨٩
 فوسفور أصفر : ٢٦٨
 فوق أكسيد الأيدروجين : ٢٨٩
 فولكو نيكويته : ٤٢٣ ، ٣٧ (٢٥٨)
 فياليت : ٤١٦ ، ١٠٥ (١٢٧)
 فيانس : ٣٦٦ ، ٥ (٢١٣)
 فيتريت : ٤٤٣ (٣٣٩)
 فيش كهربى : ٨

حرف القاف

قاعة أسماء المعادن والصخور : ٤١٣
 — المؤلفين : ٤٢٥
 قابلية الانتشار : ٣٦١ (١٥٨)
 — تحلل الصخور النارية : ١١٩ ، ١٢٠
 — التشكيل : ١٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٧ (٣٨٧)
 الحركة : ٣٧٩ (٣٧٩)
 — الرشع : ٣٨٣ (٤٢٩)
 — السك : ٢٤ ، ٢٦٨ (٢٣٤)
 — الصهر : ٣٦٩ (٢٥١)
 قابلية النفاذ : ٣٨٢ (٤٢٣)

قمحي (لون) : ٣٥٣ (٥٧)
 قمرية : ٢٣
 قمين : ٣٧٥، ١٤ (٣٣٠)
 — تسوية الفخار : ٤٠١، ٢ (٦٤٤)
 — دورى ٣٧٤ (٣١٤)
 — لفتح صاعد : ٣٩٨ (٦١٧)
 — — نازل : ٣٦٢ (١٦٨)
 قناة توصيل : ٣٥٧، ١٢ (١١١)
 قنديل : ٢٦ ، ٢٣
 — زجاجى : ٢٧
 قنية : ٢٣ ، (٥٢)
 — زجاجية : ١١
 قنية مياه معدنية : ٦
 قواعد تحلل الصخور النارية : ١٢٠
 قوام : ٣٥٧ (١١٦)
 قوة تماسك عجائن الطين : ٣٠٣
 — طاردة مركزية : ٣٥٥ (٧٤)
 قياس غروية الطين : ٣٢٧
 — لازية الطين : ٣٢٧، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٨
 قيم ثقب المناخل القياسية : ٣٢٧
 حرف الكاف
 كاد هندی : ٢٩٠
 كازبورندم : ٣٥٤ ، ٩٣ (٦٧)
 كاس : ٢١
 — القديسة هادويج : ٢٢
 كاميو : ٣٥٤ (٦٦)

— السربنتين : ١١٠ ، ١٢٥ ، ١٨٧
 — ساتريان : ١٩٠
 — سيانيت : ١٠٦
 — سيليمانيت : ١٠٦
 — طلق : ١١٠
 — معادن الطين : ١٠٦، ٣١، ١٠٧، ١٠٨
 ١٨٧
 — — الفلسبار : ٢٢٦
 — — المواد التطايرة : ١٠٧ ، ١٢٤ ، ١٢٥
 — — اللوليت : ١٠٧ ، ٤٩
 — — الميسكا : ١١٠
 قدح شراب : ٢٢
 قدر : ٤ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٣٨٦ (٤٥٦)
 قدرة حضان ميكانيكى : ٣٧٢ (٢٨٧)
 قدماء المصريين : ١٩
 قديد : ٣٥٢ (٣٨)
 قراميد : ١٣
 قرصة : ٣٥١ (٣٥)
 قرين . ٣٩٩ (٦٢١)
 قطع زائد : ٣٧٣ (٣٠٠)
 قطع الكاديو : ٣٥٤ (٦٦)
 قطيرة : ٣٦٢ ، ٢٥٣ (١٧٠)
 قلابة : ٣٨٧ (٤٧١)
 قلة : ٣٦٩ ، ٢٣ ، ٥ (٢٥٣)
 قلوى : ١٠٠ ، ٩٩ ، ٢٦٨ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨
 ٣٠٩ ، ٣٠٧ ، ٣٠٢

كاولين سيليسى : ١٥٧ ، ١٧٣ ، ٤٢٢ (٣٠٤)

كاولين سيناء : ٢٦ ، ١٥٨ ، ١٨٣

كاولين طفلى : ١٥٤ ، ٤٢٢ ، (٢٩٩)

كاولين متبلور : ١٥١ ، ٤١٦ ، (٩٤)

فلوريدا : ٢٨٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣٢٢ ، ٤١٧

(١٤٢)

— ، قانون جزئى : ١٨٧

— كارلسباد : ١٣٣ ، ٤١٥ (٦٩)

— كارولينا الجنوبية : ٢٤٧ ، ٣٠٨ ، ٤٢٢

(٣١٩)

— كارولينا الشمالية : ٢٤٧ ، ٢٨٦ ، ٣٠٧

٣٠٨ ، ٣٢٢ ، ٤٢٠ (٢٤٢)

— ، مادة غروية : ٢٨١ ، ٢٨٣

كاولين متبلور : ٣٥ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ٤١٦ (١٠٢)

— ، وجود : ٣٦

— ، مكون خزف غير مسامى : ٦

— ، مكون فى خلطة ترجيح الفخار

العادى : ٤

— ، مكون فى الصخور ذات الكولنة

الجزئية : ٦٤ ، ٦٥

— ميريلاند : ٣٢٢ ، ٤١٩ (٢١٧)

— ، ناتج تحلل : ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٦ ، ١٢٧

١٢٩ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤١ ، ١٤٣ ،

١٤٥ ، ٣٣٣

— ، وجود : ١٥١

— كاولينات : ١٥٠ ، ٣٧٥ ، (٣٢٦) ٣٨٩ ،

(٤٩٢) ٤١٨ (١٨٩)

كانوب : (مدينة) ١٩

كاولين : ٣٥ ، ١٥١ ، ٤١٨ (١٨٦)

— أبوزنيمية : ٢٢٥

— ، أحد أقسام الطين : ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩

— ، إدمصاص الصودا الكاوية : ٣٠٧

اشتقاق الاسم : ١٥٢

— اللينوى ، ٣٢٢ ، ٤١٨ (١٧٥)

— إنجليزى : (انظر فى طين صيفى) ٤١٦

(١٢٢)

— أوهيو : ١٨٣ ، ٤٢٠ (٢٤٤)

— بوهيميا : ١٥٢ ، ٤١٤ (٥٦)

— ، تأثير الأحماض فى غروية : ٢٨٨

— تسييلتز : ٢٢٦ ، ٤٢٣ (٣٥٢)

— ، تفكك : ٤٨

— ، تقادم لازمية : ٣١١ .

— جورجيا : ٢٤٧ ، ٢٨٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨

٣٢٢ ، ٤١٧ (١٥٣)

كاولين ، حجر : ١٥١

كاولين حرارى : ٨ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٧٣ ،

٢٨٦ ، ٤١٧ (١٣٦)

— — الومنيوى : ١٥٨ ، ٤١٣ (١٣)

— — سيليسى : ١٧٣ ، ١٥٨ ، ٤٢٢ (٣٠٣)

— ، حساب : ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ،

— ديلاوير : ٣٠٨ ، ٣٢٢ ، ٤١٦ (١٠٨)

كاولين رخو : ٤٩

— زلطفى : ١٥٩ ، ٤١٧ (١٤٠)

— ساكون : ١٥٨ ، ٤٢١ (٢٨٩)

كتب الخزف : ٤٠٣
 كتب دورية : ٤١٠
 كتيب : ٣٦٢ (١٧٥)
 كتيب طيني : (انظر في طينة كتيب) ، ٣٧٧ ،
 (٣٤٥)
 كثافة : ٣٦٠ (١٥٠)
 كحول : ٢٥٦ ، ١٥
 كحول أميلي : ٣٠٦
 — إيشيلي : ٢٩٠ ، ٢٨٥ ، ٢٥٦
 كربونات الصوديوم : ٢٧
 الكالسيوم : ١٤ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ٢١١ ،
 ٢١٥
 — للماغسيوم : ٢٦٩
 كريد : ٨
 — السيليكون : (انظر في كاربورندم)
 كروميت : ٨ ، ١٢٠ ، ٤١٥ (٨٤)
 كريستوباليت : ٧٢ ، ٤١٥ (١٠٤ ، ٨٣)
 كريسوكولا : ٤١٥ (٨٥)
 كريلوليت : ٤٨ ، ٨٥ ، ٤١٦ (٩٨)
 كسر : ٣٦٩ (٢٤٤) ، ٣٩٠ (٥٠٢)
 — الزجاج : ٣٥٩ (١٣٦)
 كسرة : (انظر في شظية)
 — مستطيلة : (انظر في فلقة)
 كشاف : ٣٨٤ (٣٠٧)
 حامل ثلاثي : ٣٩٤ (٥٥٦)
 كحكة ترشيح : ٣٦٦ (٢١٩)
 كلس : ٣٥٤ (٦٥)

— ، ادمصاصها للمواد المذابة : ٣٠٧
 كاولينات ، تحولها إلى طينات : ١٥١
 — ، درجة لازية : ٣١٧
 — ، رفع غرويتها بالأحماض العضوية : ٢٨٨
 — ، ضعف غروية : ٢٨٤
 — ، علاقة شحناتها بالرقم الأيدروجيني : ٢٨٧
 — ، قسم من الطين : ١٤٨
 — ، معادن : ٣٢
 — ، نواتج تحليل : ١٨٢
 كاولينيت ٣٣ ، ٤١٨ (١٩٠)
 — ، ذوبانه في حامض كبريتيك مركز : ٣٤
 — ، صورة غير متبلورة : ٣٥
 — ، صورة للتبلورة : ٣٥
 — ، غير غروي : ٢٨١
 — ، وجود : ٣٤
 كبريت ، التخلص من
 كبريت غروي : ٢٥٧ ، ٢٦١ ، ٢٦٩
 — ، مضار : ٢٠٥ ، ٢٠٦
 كبريتات باريوم : ٢١٦ ، ٣٠٦
 — حديدوز : ١٥ (١٢٦)
 — كالسيوم : ١٥ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢١١ ،
 ٢١٣ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧
 كبريتوسيليكات : (انظر في ثيوسيليكات)
 — ، كبريتيد الأيدروجين : ٢١٩ ، ٢٧١ ،
 ٣١٠
 — ، زئبق غروي : ٢٧١
 زرينخوز غروي : ٢٧١
 — غروي : ٢٥٧ ، ٢٦١

— ، في الجرانيت : ١٠٤
 — ، حساب : ١٨٦
 — ، في الرمل : ٧٩
 كوارتز ، زيادة الطين : ٢٢٠
 — شفاف : ٤١٦ ، ٦ (٩٩)
 — ، في الصخور ذات الكولة الجزئية :
 ١٤٨
 — ، في الصخور النارية : ١٠٤ ، ١١٤ ،
 ١٢٦ ، ١١٩
 — ، صناعي : ٤١٤ ، ٧٠ (٣٧)
 — ، في طمي النيل : ١٦٨
 — ، في الطينات ذات الخواص الحرارية
 المتوسطة : ١٦١
 — ، في الطينة السيليسية : ١٦٣
 — ، غروي : ٢٨٢
 — ، في الكاولين : ١٨٣
 — ، السيليسي : ١٥٣
 — ، في الكاولينات : ١٥٠
 — ، لبني : ٤٢٠ ، ٧٥ (٢٢٤)
 — ، مادة الحجر الرملي ٨٢ ، ٨٣
 — ، حرارية : ٧
 — ، خشنة : ٩٢
 — ، رابطة : ٦٦
 — ، الزجاج : ١٠
 — ، — ، المائي : ٩٩
 — ، متبقى من تحلل الصخور النارية : ١٢٦
 مدخن : ٧٤ (٣١١)
 — ، مساعد صهر : ٦٦

كاستة : ٣٥٤ (٦٤)
 كلنكر : (انظر في حصوة أسمنت) ١٢
 كلوديون : ٢٧٢
 كلوربال : ٤١٥ ، ٣٧ (٨١)
 كلوروفورم : ٢٦٤
 كلوريت : ١٦٩ ، ١٤٤ ، ١٤٠ ، ١٣٩ ، ٩١٠ ،
 ٤١٥ (٨٠)
 كلوريد ألومنيوم : ٢٨٨
 — حديدك = ٢٨٠
 — خارصين = ٢٨٨ ، ١٣
 — ذهب : ٢٦٨
 — صوديوم = ٢٧٤
 — قصديروز : ٢٨٨ ، ٢٦٨
 — كالسيوم : ٢٨٨ ، ١٣
 — ماغنسيوم : ١٣
 كثافة البحر : ٣٤٠ (١٠)
 كهف (مقطع كلمة) : ٣٩٠ (٥٠٩)
 كوارتز : ٤٢١ ، ٦٧ (٢٧٣)
 — ، استنتاج وجود : ١٨٩ ، ١٨٠ ، ١٧٨ ،
 ١٩٢
 — ألفي : ٤١٣ ، ٧١ (١٢)
 — ، أنواع = ٧٤
 — ، بأبي : ٤١٤ ، ٧١ (٥٠)
 — ، في الآبليت : ٧١
 — ، في البجماتيت : ٧١ ، ٦٤
 — ، تأثير الليثايف : ٦٩
 — ، تأصل يظلوري : ٧٠

كيموليت : ٤٢ ، ٤١٨ (١٩٤)
 كيمياء طبيعية : ١٦
 — غروية : (٥١٦) ٣٥٦ (٩٨)
 حرف اللام
 لابرادوريت : ١٦٩ ، ٤١٩ (١٩٦)
 لاتيريت : ١٢١ ، ١٢٦ ، ١٤٤ ، ١٦٠ ،
 ٢٨٣ ، ٤١٩ (١٩٧)
 لازب : ٣١٥ ، ٣٨٤ (٤٤٢)
 لازية : ٢٩١ ، ٣٨٥ (٤٤٥)
 — حرارية : ١٠ ، ٢٩١ ، ٣٨٨ (٤٧٧)
 لازية الطين : ١٦ ، ٣١ ، ٣٠٣
 — ، تأثير البنية : ٢٩٢
 — ، تقدير : ٢٤
 — ، ثاني أكسيد الكربون : ٣١٠
 — ، — الحالة الغروية : ٢٩٤
 — ، — الحرارة : ٢٨٩ ، ٢٩١
 — ، — اللزوجة : ٣٢٦
 — ، — العامل السطحي : ٢٤٠
 — ، — تصور : ٣١٣
 — ، — تعريف : ٢٩١
 — ، — تفسير : ٢٩٤ ، ٣١٣
 — ، — تقادم : ٣١٥
 — ، — تقدير : ٣٢٢ ، ٣٢٤
 — ، — حالات : ٣٢٤
 — ، — حدود :
 — ، — حساب : ٣٠٣
 — ، — درجات : ٣١٧

مقاوم للتحلل : ١١٩ ، ١٤٠
 — ، ناتج تحلل الأورثوكليز : ١٣٤-١٣٨
 — نجمي : ٧٢ (٣٢١)
 — وردى : ٧٤ (٢٨٢)
 كوارتز ديوريت : ٤٢١ (٢٧٤)
 كوارتزيت : ٨٣ ، ٤٢١ (٢٧٥)
 كوب زجاجي : ٢٧
 كويراس : (انظر في كبريتات الحديدوز)
 كوتشيت : ٤٢ ، ٤١٩ (١٩٥)
 كورند : ٤٩ ، ٨١ ، ٩٧ ، ١٢٠ ، ١٢٧ ، ١٦١ ،
 ١٨٩ ، ٤١٥ (٩٧)
 كوز : ٢٢
 كولة : ١٣١ ، ١٤١
 — الأورثوكليز : ١٣٥
 — الأوليجوكليز : ١٣٨
 — البلاجيوكليز : ١٣٧
 — البيوتيت : ١٣٨
 — جوفية : ١٣٢
 — جوية : ١٣١
 — الصخور النارية : ١٣٠ ، ١٣٣
 الفلبار : ١٣٨
 كوليريت : ٤٣ ، ١٠٩ ، ٤١٥ (٩٣)
 كوندرويت : ١٢٥ ، ٤١٥ (٨٢)
 كيانيت : (انظر في معدن سيانيت) ٤١٨ ،
 (١٩١)
 كيراموس (كلمة) : ٢ ، ٣٧٥ (٣٢٩)
 كيليجور : (انظر في طينة دياتومية) ٤١٨ ،
 (١٩٢)

لترنة : ٢٧٠ ، ٣٧٦ (٣٣٥)
 — الصخور النارية : ١٤٤
 — ، نواتج : ١٦٠
 لجنة : ٣٥٧ (١٠٣)
 — جمعية الخزف الأمريكية : ٣
 لدونة : ٢٩١ ، ٣٨٧ (٤٧٠)
 لزب : ٣٨٥ (٤٤٥)
 لزق : ٣٠٥
 لزوجة : ٣٨٥ (٤٤٥)
 لزوجة : ٢٩٠ ، ٢٩٢ ، ٣٩٩ (٦٢٤)
 — الطين : ٢٨٨ ، ٣٢٦
 لغة سانسكربتية : ٢ ، ٣٩٠ (٥٠٨)
 صينية قديمة : ٢
 هندية قديمة : ٢
 لمعان : (انظر في بريق)
 لوسيت : ٦٢ ، ١٢٠ ، ١٩٠ ، ٤١٩ (٢٠١)
 — صناعي : ٦٣ ، ٤١٤ (٣٥)
 لوكسوكليز : ٦٣ ، ٤١٩ (٢٠٧)
 لون الطين بعد تسويته : ١٧٧
 — قزحي : ٢٢ ، ٣٧٤ (٣١٨)
 لوزيس : انظر في طينة كثيب ٤١٩ (٢٠٦)
 ليثارج : ٣٧٦ (٣٣٩)
 ليثو : ٣٧٦ (٣٤١)
 ليثوجراف : (انظر في اكلاشيه طبع الزخارف)
 ليثيا : ٣٧٦ (٣٤٠)
 ليثي : ٣٦٦ (٢١٦)
 ليفرياريت : ٤٠ ، ٤١٩ (٢٠٢)
 ليمونيت : ٤٧ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٦٩
 ١٨٨ ، ١٩٢ ، ٢٠٠ ، ٤١٩ ، (٢٠٤)

— ، رقم : ٣٢١
 — ، عدد : ٣٢٢
 — ، علاقتها بالإنهاك : ٣١٦
 — ، عوامل خفض : ٣١٠
 لازية الطين ، عوامل رفع : ٣٠٩ ، ٣١١ ،
 ٣١٥
 — غروية : ٣٢٧
 — ، فعل البكتيريا والمواد العضوية : ٢٩٤
 ٣٠٩
 — ، فعل المواد الخشنة : ٩٤
 — ، قياس : ٣١٨
 — لزوجة : ٣٢٦
 — ، ماء : ٢٣٧ ، ٣١٧ ، ٣٢٣
 — ، مواد : ٢٩٢
 — ، نظريات : ٢٩٥
 — ، غير متجانسة : ٣١٥
 لازية ، فرقها عن اللدونة : ٢٩١
 — ، اللزوجة : ٢٩٢
 — ، اللرونة : ٢٩٢
 — ، قاتون : ٢٩٣
 — كاذبة : (انظر في اللدونة)
 — كامنة : ٢٨١ ، ٥٠
 — متجانسة : ٣١٥
 لاذق : ٣٤٩ (٦)
 لازوليت : ٤٥ ، ٤١٩ (١٩٩)
 لافلز غروي : ٢٦٩
 لبانة : ٩ ، ٢١ ، ٣٧٩ (٣٧٣)
 لبنة : ١٨ ، ١٩ ، ٣٧١ (٢٧٠)

حرف الميم

- حرارية : ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ ، ١٦١
— مادة حرارية ألومينية : ١٦٠ ، ١٧٣ ، ٤١٣
(١٣)
— مادة خشنة : ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦
٢٤٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ ، ٢٩٢ ، ٢٩٤ ،
٣٧١ (٢٧١) ، ٣٨٤ (٤٣٦)
— مادة خشنة ، استعمال : ٩٦
— ، أنواع : ٩٣
— ، أهمية : ٩٤
— ، بنية : ٩٣
— ، تجهيز : ١٨
— فعلها باللازية ، ٩٤
— رابطة : ٥٥ ، ٣٥١ (٣٧)
— زجاجية : ٩
— سكرية : ٢٨٩
— مادة شبه طينية : ١٧١
— عضوية : ٢٠٥ ، ٢٨٩ ، ٣٠٩ ، ٣١٠
— مادة طينية : (انظر في طين) ، ١٤ ، ٣٤ ، ٢٨
١٧٨ ، ٣٥٦ (٩١)
— عازلة : ٨
— عتامة : ١١ ، ٣٨١ (٤٠٣)
— مادة غروية : ١٢٢ ، ١٢٣ ، ٢٥٧ ، ٢٦٢ ،
٢٧٠
— صعبة الغروية : ٢٨١
— قلوية : ٩٩ ، ١٠٠ ، ٢٦٧ ، ٢٨٧ ،
٣٠٩ ، ٣٠٧ ، ٣٨٨
— كبريتية : ٢٠٥ ، ٢٠٧

- ماء الادمصاص : ٣٠٩
— : تقدير ٣٢٥
— الارتباط : ٣٤ ، ٢٢٠ ، ٣٥٧ (١٠٢)
— ماء الأغشية : ٢٩٧
— الباريتا : ١٥
— التلين : ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣١٧
— اللازية : ٢٣٧ ، ٣١٧ ، ٣٢٣
— انسام : ٣١٥
— مائع : ٣٦٨ (٢٣٧)
— ماجنيتيت : ١٦٩ ، ٤١٩ (٢١٠)
— ماجنيزيت : ٨ ، ١٣ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ١٢٨ ،
١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٨٧ ، ١٩٢ ، ٤١٩
(٢١١)
— ماجور : ٤ ، ٣٩٧ (٦٠٢)
— اخضر : ٢٤
— مادة أرضية : ٣١
— أستنية : ١٠ ، ١٢
— مادة اضية : ٣١ ، ٧٨
— مادة أولية : ١٧ ، ١٦٨ ، ٣٨٨ ، (٤٨٤)
— بناء خزفية : ٧
— تبيض : ٤٠٠ (٦٤١)
— تزجيج : ١١
— تلوين ، ١١ ، ٣٥٧ (١٠١)
— جنج : ٣٤٩ (٢)
— مادة جيرية : ٨٧ ، ١٦٣ ، ٤١٤ (٦٣)
— — ماغنيسيومية : ٨٨ ، ٤١٤ (٦٢)

عجلة علمية : ٣٧٧ (٣٥٠) ، ٤١٠
 جمرة : ٣٧١ (٢٧٨)
 جوب : ٤٢ ، ٣٧٠ (٢٦٦)
 جبارى : ٣٥٧ (١١٠)
 محلول الأملاح : ٢١٥ ، ٣٠٢
 — ، أنواع : ٢٥٤
 — أيوتيكى : ١٢٢ ، ٣٦٥ (٢٠٢)
 — الجيلاتين : ٢٧٢ (٢١٠)
 — حقيقى : ٢٥٥ ، ٢٥٨ ، ٢٧٠ ، ٢٧٢ ،
 ٢٧٧
 — سيليكات الصوديوم : ٢٨٢
 — شبه معلق : ٣٩٥ (٥٦٨)
 — الطين الغروى : ٢٨٦
 محلول غروى : ٢٥٥ ، ١٢٣ ، ٣٥٦ (٩٩)
 ٣٩٣ ، (٥٤٢)
 — ، تجلط : ٢٧٧
 — ، تحضير : ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧
 — ، ترسيب : ٢٧٧
 — ، تعادل : ٢٦٤
 — ، تنقية : ٢٧١ ، ٢٧٢
 محلول غروى حافظ : ٢٦٧ ، ٢٧٤ ، ٣٨٧
 (٤٦٩)
 — ، خواص : ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٤
 — ، ركود : ٢٧٧
 — ، فضة : ٢٦٨
 — ، مائي : ٣٧٣ ، (٢٩٨)
 — ، وسطانتشر : ٢٥٦
 — ، كاسيوس : ٢٦٨

— كربونية : ٢٠٥
 مادة متطايرة : ١٠٤ ، ١٢١ ، ١٢٣
 — مغنة : ٣٨١ (٤٠٥)
 — معطلة : ٣٨٩ ، ١٥ (٤٩٣)
 — مفتحة : ٣٨١ (٤٠٥)
 مارل : (انظر فى مادة جيرية) ٤١٩ ،
 (٢١٥)
 ماسورة : ٤ ، ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦
 (٤٣٥)
 — أسمتية : ١٢
 — مجارى : ٣٩١ (٥١٧)
 ماسيكوت : ٣٧٨ (٣٥٧)
 ماغنيسيا : ٣٧٧ (٣٥٢)
 مانع صهر : ٣٨٠ (٣٩٤)
 مبنى : ٣٩٤ (٥٦١)
 متانة : ٣١١ ، ٣٩٥ (٥٧٩)
 متجانس : ٣٧٢ (٢٨٦)
 مترد : (انظر فى لبانة)
 متعدد : ٣٨٥ (٤٥٠)
 — السيليكات : ١٠٧
 متوافق : ٣٥٧ (١١٣)
 مجرى : ٣٥٧ (١١١)
 — نقل السوائل : ٦٠
 مجفف : ٣٦٢ (١٧٢)
 — دائر : ٣٧٧ (٣٥٤)
 — دورى : ٣٨٩ (٣١٢)
 — مستمر : ٣٥٨ (١١٩)

— خمول : ٣٩٢ (٥٣٢)
 مرشح شبه منقذ : ٢٧٤
 — بالضغط : ٣٦٧ (٢٢٠)
 مرقشينا : ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٣٧٧ (٣٥٥)
 ٤١٩ (٢١٤)
 مركب : ٣٥٧ (١٠٩)
 — أرضي : ١٠
 — بورا كسي : ١٠
 — حديدي : ١٣
 مركب حديدي مائي : ٢٨٠
 — رصاص : ١٠
 — عضوي : (انظر في مادة عضوية)
 — مائي : ٢٨٠
 مركب كلوي : (انظر في مادة كلوية)
 — معقد : ٣٥٧ (١٠٦)
 مرمر : ٨٧ ، ٨٩ ، ٤١٩ (٢١٦)
 معرو : (انظر في كوارتز)
 مرونة : ٢٩٢ ، ٣٦٤ (١٨٤)
 مزيج : ٢٩٩ ، ٣٦٩ (٢٤٦)
 مزوق : ١٢ ، ١٤ ، ٣٨٠ (٢٨٦)
 مساحة السطح : ١٨٨
 مساعد رص : ٣٦٧ (٢٢٨)
 مساعد صهر : ٧ ، ١٠ ، ٣١ ، ٢١٠ (٢٣٩)
 مسافة انصهار حراري : ١٦٤
 مسام : ٣٨٥ (٤٥٣)
 — مسدودة : ٣٥٦ (٩٥)
 مسامية ظاهرية : ٣٥٠ (٢١)

— معلق : ١٧ ، ٢٥٥ ، ٣٩٥ (٥٦٧)
 (٥٦٩)
 مخيار : ٢٧
 مختار : ٣٦١ (١٥٩)
 مخدش : ٣٩٤ (٥٥٨)
 مخردق رصاص : ٢٩٩
 مخروط : ٣٥٧ (١١٢)
 — تندال : ٣٩٨ (٦٠٩)
 مخروط حراري : ٣٨٧ (٤٧٦)
 — — اورتون : ٣٨٢ (٤١١)
 — — سيجر : ٣٩١ (٥١٤)
 — — فرنسي : ٣٦٩ (٢٤٥)
 مخلق : ٣٩٥ (٥٧٠)
 مدخنة : ٣٦٨ (٢٣٥)
 — مصباح بتروول : ٢٧
 مدى انصهار حراري : (انظر في مساحة
 انصهار حراري)
 مذاق : (انظر في طعم)
 مذكرة علمية : ٣٧٨ (٣٦٥) ، ٤١١
 مرتك ذهبي : (انظر في ليثاج)
 مرحاة : ٣٨٣ (٤٢٩)
 — أكيدة : ٣٨٢ (٤١٣)
 — تبريد : ٣٥٨ (١٢٥)
 — تخفيف : ٣٦٢ (١٧٤)
 — تخریب حراري : ٣٩٣ (٥٣٨)
 — تحليل : ٣٧٣ (٣٠٣)
 — تقديد : ٣٥٢ (٣٩)

— مارانجا كس — زير يفوص بروض

الفرج : ٢٥

— ياسين للزجاج (أنظر في مصنع شركة

النصر للزجاج البلورى)

مصنوع : ٣٥٠ (٢٦)

معهور : ٣٦٩ (٢٥٠) ٣٧٨ (٣٦١)

مصيدة كوتريل : ٢٨٠ (١٢٤)

مصيص : ٣ ، ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، ٤٨٤ (٤٣٩)

— ، محمد : ١٥

— ، قلوبين : ١٥

— ، خاطات : ١٥

— ، فاطمي : ٢١

معادلة فرويندليخ للادمصاص : ٣٠٨

معادن أشباه الطين : ٣٢ ، ٤٠ ، ٤٨ ، ١٤٣

١٧١ ، ٢٢٠ ، ٤١٦ (١٠١) ،

— أقلية : ١٥١

— أكثرية : ٣٦٢ (١٦٧)

معادن الأورثوسيليكات : ١٠٥

معادن تحت السيليكات : ١٠٧

— ، تحلل : ١٢٢

معادن السيليكات : ٦٦ ، ٤٢٢ (٣٠١)

معادن السيليكات ذات التبلور الجزئي : ٧٥ ،

٤٢٢ (٢٩٤)

معادن السيليكات غير التبلورة : ٦٧ ، ٤١٣ ،

(١٨)

معادن السيليكات للتبلورة : ٦٧ ، ٢٨٣ ، ٤١٦

(١٠٣)

— كلية : ٣٥٣ (٥٨)

مستحلب : ٢٥٤ ، ٢٦٤ (١٩٠) .

مسطح : ٣٩٥ (٥٧٣)

مساب : ٤٠٠ (٦٣٧)

مسار ارتكاز كهربى : ٨

مشغول أجوف : ٣٧٢ (٢٨٥)

— جبرى : ١٤

— طينى : ٣٥٦ (٩٣)

— قزى : ١١

— مخلق : ٣

مشكاة : ٢٣

مصباح بتول : ٢٦

زجاجى : ١٠

مصر القديمة (حى) : (أنظر في فسطاط)

مصنع باب سدر للزجاج بالأمكندرية : ٢٦

— البهنساوى : ٢٣

— تنقية جو : ٢٨٠

— جونسون بقم الخليج : ٢٤

— الخواجة ماتيو بطرة : ٢٤

راغب باشا للزجاج بالأمكندرية : ٢٦

— الزبدانى : ٢٣

— سورنجا : (أنظر في الشركة العامة

لإنتاج الحراريات والفخار)

— سيجوارت بحوان : ٢٥

— الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى

بسطرد : ٢٦

— شركة النصر للزجاج البلورى بشبرا

الخيمة : ٢٧

- نعومة : ٢٤٥
 معتم : ٣٨١ (٤٠٤)
 معجون طين حرارى : ٣٩٩ (٦٣١)
 معدن : ٣٧٩ (٣٧٥)
 - جون الأزرق : ٨٧ ، ٤١٤ (٥٥)
 معطل : (٤٩٣)
 معمل الجيولوجيا الطبيعية بواشنطن : ١٧
 معمل القزاز بالأسكندرية : ٢٦
 معهد الزجاج النموذجى بالعباسية : ٢٩
 مفتاح كهربى : ٨
 مخزومة : (أنظر فى قلابه)
 مقابل : ٣٩٩ (٦٢١)
 مقتطفات : ٣٤٩ (٤)
 مقياس الحجم : ٣٩٩ (٦٣٠)
 - خواص : ٣٧٩ (٣٨٠)
 - درجات الحرارة العالية : ١٢
 - الكثافة : ٣٨٧ (٤٧٣)
 - اللازمية : ٣٨٤ (٤٤٤)
 - لا ميلى : ٣٢١
 مقيق : ١٠٥ ، ١٢٥ ، ٤١٧ (١٥١)
 مكافئ جزئى : ١٨٧
 مكافئ ميكانيكى حرارى : ٣٧٨ (٣٦٠)
 مكان النار : ٣٦٧ ، ٨ (٢٢٣)
 مكتبة الخزف . ٤٠٣
 مكشف خزفى : ٦
 مكسر : ٣٦٩ (٢٤٤)
 مكون : ٣٥٧ (١٠٧)

معادن السيليكات ١٠٥ ، ١٠٧ ،
 معادن سيليكات الألومنيوم المتبلورة : ١٠٨ ،
 ٣٥٨ (١٣٣)
 معادن سيليكات الألومنيوم المائية الغيرمتبلورة :
 (أنظر فى معادن الطينات)
 معادن سيليكات الألومنيوم المائية المتبلورة
 (أنظر فى معادن أشباه الطين)
 معادن الطين : ٣١ ، ٣٤ ، ١٧٧ ، ١٨٧ ،
 ١٩٩ ، ٤١٥ (٨٨)
 معادن الطينات : ٣٢ ، ٣١ ، ١٥٩ ، (٢٩٩)
 ٤١٨ (١٧٣)
 معادن الفلسبار : ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٤١٧ ،
 (١٣١)
 قانون جزئى :
 معادن كاولينية : ٣٣ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٤١٨ ،
 ١٥٨ (١٨٧)
 معادن متعدد السيليكات : ١٠٧
 معادن المواد التطايرة : ٦٤ ، ١٢٤
 - - - ، قانون جزئى
 معادن الميتاسيليكات : ١٠٦
 - نظم بلورتها : ٣٥٩ (١٣٥) ٣٧٢ (٢٨١)
 ٣٧٩ ، (٢٨٣) ، ٣٨٢ ، (٤١٠) ٣٩٦ ،
 (٥٨٢) ٣٩٧ ، (٦٠٠)
 معاصر : ٣٥٨ (١١٨)
 معامل : ٣٧٤ (٣٠٨)
 معامل انكسار : ٣٨٨ (٤٨٧)
 - سطحى : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٣٩٥ (٥٦٥)

— عازلة : ٣٧٤ (٣١١)
 منتجات فخار : (انظر في فخار)
 — مسطحة : ٣٦٨ (٢٣١)
 منج - تشانج - لنج - ٢٤ ، (١٤٩)
 منحني التبريد : ٣٥٨ (١٢٤)
 — درجات الإتمالك : ٣١٦
 — السيولة : ٣٧٦ (٢٣٨)
 — الصلابة : ٣٩٣ (٥٤٤)
 منخل : قيم أبعاده القياسية : ٣٣٧
 منثلة : (انظر في مبني)
 منشور : ٣٨٧ (٤٦٧)
 — ضوئي : ١٠
 منشور انيكول : ٣٨٠ (٣٩٢)
 موجب الضوئية : ٣٨١ (٤٠٨)
 موجة فوق سمعية : ٣٦٦ ، ٣٩٥ (٥٦٤)
 موزق : ٣٦٨ (٢٤١)
 موزايك : (انظر في مزوق)
 موسكوفيت : ٤٢٠ (٢٣٩)
 — ، تحلل في الصخور النارية : ١٤٣
 — ، حساب : ١٩٣
 — ، شائب في الكاولين : ١٥٠
 — ، صعوبة تحلل : ١٢٠ ، ١٣١
 موسكوفيت : من طمي النيل : ١٦٩
 — ، قانون جزئي : ١٨٧
 — ، ناتج متبقى : ١٢٦ ، ١٤٠
 موقد : ٣٨٢ ، ٨ (٤١٢)
 موليت : ٤٨ ، ٤٨ ، ٤٣٠ (٢٣٠)

ملاخيت = ٤١٩ ، ٤٥ (٢١٢)
 ملاط : ٣٨٠ ، ٧ (٢٨٥)
 — أسنني : ١٢
 — جيري : ١٤
 ملح ذائب : ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ ،
 ٣٠١ ، ٣٨٨
 — ، تأثيره : ٢٠٩
 — ، التخلص منه : ٢١٥
 — ، ترسيب : ٢١٢ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢٩٨
 — ، قابلية ذوبان ، ٢١٣
 — ، مصادره في الطين : ٢٠٧
 — ، مصيره بعد تحلل الصخر الناري : ١٢٧
 ملحقات الكتاب : ٣٢٩ ، (٢٣)
 مليمكرون : ٣٧٩ (٣٧٤)
 ملمس : ٣٩٧ (٥٩٣)
 ملون : ٣٨٤ (٤٣٤)
 ماليك = ١٨
 ممسك : ٣٧٩ (٣٨٤)
 منتجات : (انظر في مشغولات) ، ٤٠٠ ، (٦٥٠)
 — الأسمنت : ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ،
 — حرارية : (انظر في حراريات)
 منتجات خزف طيني : ٤ ، ٣٥٦ (٧٦)
 — ، فاطمي : ٢١
 — ، مخلق : ٣
 منتجات زجاجية : ١٠ ، ١١
 منتجات سيليكات زجاجية : ١١
 منتجات صحية (انظر في أداة صحية)
 منتجات طين : ٣٦٧ ، (٢٢٤)

ميل كيميائي : ١٨٩
ميلوشيت : ٣٧ ، ٤٢٠ (٢٢٦)
ميليت : ٤٧ ، ٤١٩ (٢١٩)
مينا : ١١ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٣٦٤ ، (١٩١)
ميورقة : ٥ ، ٣٧٧ (٣٥٣)
ميوعة : ٣٦٨ (٢٣٨)
حرف النون
نايلي : ١٤
نتاج : ٢٨٠ (٦٤٥)
— تحليل متبقى : ١٢٦ (١١٧)
— تحليل الطينات المصرية : ١٨٤
نار : ٣٥٢ (٤٦)
ناقر من السوائل : ٣٧٧ (٣٤٩)
ناقر من الماء : ٣٧٣ (٢٩٦)
ناكريت : ٣٥ ، ٤٢٠ (٢٣٣)
نشا : ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٧٧ ، ٢٨٩ ، ٣٠٩
نشارة خشب : ١٦
نشرة علمية : ٣٨٢ (٤١٧) ، ٤١١
نضيج : ٣٧٠ (٢٦٤)
نظر : ٣٨٠ (٣٩٣)
نظرون : (انظر في نظرونيت) ، ٤٢٠ (٢٣٤)
نظرونيت : ١٠١ ، ٤٢٠ (٢٣٥)
نظار مشعة : ١٨
نظام أحادي التغير : ٣٩٨ (٦١٦)
— بللوري أحادي الميل : ٣٧٩ (٢٨٣)
— ثلاثي الميل : ٣٩٧ (٦٠٠)

— ، تفكك : ٤٩
— ، حساب : ١٩١
— ، قانون جزئي : ١٠٩
— ، ناتج تحول كاوليني حراري : ١٥٨
مونازيت : ١٦٩ ، ٤٢٠ (٢٢٨)
موتة : (انظر في ملاط)
مونت مور يليونيت : ١٠٩ ، ٤٢٠ (٢٣٠)
ميال للسوائل : ٣٧٧ (٣٤٨)
ميال للماء : ٣٧٢ (٢٩٥)
ميثا سيليكات : ١٠٦
ميكا : ٤١٩ (٢٢٠)
— بيضاء : (انظر في موسكوفيت) ، ٤٢٣ ،
(٣٤٧)
— ، في الجرانيت : ١٠٤
— ، ذوبانا في حامض كبريتيك مركز : ١٧٨
— ، في الرمال : ٨٠
— سوداء (انظر في بيوتيت) ، ٤١٤ (٥٤)
— في الصخور النارية : ٦٣
— ، في طمي النيل : ١٦٨
— ، في الطينات : ١٦١
— ، قانون جزئي
— ، مادة خشنة
ميكا ديابيز : ١١٣ ، ٤١٩ (٢٢١)
ميكروكاين : ٥٩ ، ١٦٩ ، ٤١٩ (٢٢٣)
— صوديومي : ٥٥ ، ٦٠ ، ٤٢٢ (٣١٣)
ميكرون م : ٣٧٩ (٣٧١)
— (دقيقة) : ٢٣٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦٥ ، ٣٧٨
(٣٧٠)

- حرف الهاء
- هرس : (انظر في دهس)
- كعب رص : ٣٩٦ (٥٨٥)
- هش : ٣٥٣ (٥٥)
- هشم : ٣٥٩ ، (١٣٨)
- هضم : ٣٦١ (١٦٠)
- هلام : ٢٥٤ ، ٢٧٧ ، ٣٦٩ (٢٥٤)
- مائي : ٣٧٢ (٢٩٢)
- هواء محبوس : ٣٨١ (٣٩٨)
- هورنبلند : ٤١٨ (١٦٨)
- ، في الرمال : ٨٠
- ، في طمي النيل : ١٧٠
- ، قابلية تحليل : ١١٩
- ، قانون جزئي : ١٠٩
- ، مادة خشنة : ٩٣
- هولوميت : ٣٨ ، ١٠٩ ، ٤١٨ (١٦٥)
- هياث الحزف في مصر : ٢٨
- هياوفين : ٥٧ ، ٦٠ ، ٤١٨ (١٧١)
- هيايت : ٤٦ ، ٤١٨ (١٧٠)
- هيدرازين : ٢٦٨
- هيدروفين : ٧٨ ، ٤١٨ ، (١٧٢)
- هيلمه : ٣٦٩ (٢٥٥)
- هيماتيت : ٤١٨ (١٧٣)
- ، حساب ض : ١٨٩ ، ١٩٢
- ، صعوبة تحليل : ١٢٠
- ، في طمي النيل : ١٧٠
- ، قانون جزئي : ١٨٧
- — رباعي : ٣٩٦ (٥٨٢)
- — سداسي : ٣٧٢ (٣٨١)
- — معيني : ٣٨٢ (٤١٠)
- — مكعب : ٣٥٩ (١٣٥)
- ناقص : ٣٨١ (٣٩٧)
- نظرية التوتر السطحي : ٢٩٤ ، ٢٩٨
- الجذب الجزئي : ٢٩٤
- نظرية غروية : ٢٩٤
- نعومة : ٣٦٧ ، (٢٢١)
- الطين : ٢٨٨ ، ٢٨٥ ، ٢٤٦
- نقق تخفيف : ٣٩٧ (٦٠٥)
- — مستمر : ٣٥٨ (١٢١)
- تسوية : ٣٩٧ (٦٠٦)
- نقق تسوية مستمر : ٣٥٨ (١٢٢)
- نقلية : ١٩٠ ، ٤٢٠ (٢٣٨)
- ، تحول إلى أليوت : ١٩٢
- ، خامة ألومنيوم : ٢٨٣
- ، قانون جزئي : ١١٦ ، ١٨٧
- سيانيت : ١١٦ ، ١٤٥ ، ٤٢٠ (٢٣٩)
- نقلين : (انظر في نقلية) ٤٢٠ (٢٣٧)
- نقاء الطين : ١٨٦
- نقطة ايوتكت : (انظر في درجة اليوتكت)
- نقطة تعادل : ٣٧٤ (٣١٩)
- خماسية : ٣٨٨ (٤٨٢)
- رباعية : ٣٨٨ (٤٧٩)
- نهر الرين : ١٤
- نواتج انتقال الطين : ١٢٧
- نيس : ١١٢ ، ٤١٧ (١٥٨)
- نيوتونيت : ١٠٩ ، ٤٢٠ ، (٢٤١)

— مكافئ جزئي : ١٨٧

— ، ناتج تحليل الجرانيت : ١٤٠

حرف الواو

واشنطن (مدينة)

وجود الطين : ٣١

وجود الكاولين : ١٥٢ ، ٣٦

وجود الكاولينيت : ٣٤

وحدة الحرارةيات بالمركز القومي للبحوث : ٢٨

وحل : ٢٨ (٣٨٩)

وزن إجمالي : ٣٨٢ (٤١٩)

— المصهور : ٣٧٨ (٣٦٢)

— المواد الأولية : ٣٨٨ (٤٨٥)

— نوعي : (انظر في ثقل نوعي)

وسط أحادي التغير (انظر في نظام أحادي التغير)

— انتشار : ٢٥٦ ، ٢٦١ ، ٢٨٥

وعاء أجوف : ٦ ، ٣٧٢ ، (٢٨٥)

حفظ الكيماويات : ١٥ ، ٩ ، ٦

وعاء خزفي : ٦ ، ٣٥٥ (٧٧)

— زجاجي : ١١

— طين : ٦ ، ٩ ، ٢١ ، ٣٧٦ (٣٣٢)

— غويط : (انظر في طبق)

نقار : ١٩ ، مسطح (انظر في صحن)

حرف الياء

يابس : ٣٨٩ (٤٩٦) ، ٣٩٤ (٥٥٥)

ياقوت : ٢٨٣ ، ٤٢١ (٢٨٣)

يانج (مقطع كلمة) : ٢ ، ٤٠١ ، (٦٤٣)

ياو (كلمة) : ٢ ، ٤٠١ ، (٦٤٤)

يدوي : ٣٨١ (٤٠٠)

يشب : ٧٧ ، ٤١٨ (١٨٥)

— صيني : (انظر في جاسير) ، ٣٧٥ (٢٢٢)

يقينية : ٣٩٦ (٥٨٣)

تصويبات

السطر	الصفحة	الكلمة	السطر	الصفحة	الكلمة
٧	٣٣	الكاولينيت	١٨	٤	أواني
١٢	٣٤	يتص	١٠	٥	ترجيح
٩	٣٥	موجبة	١٥	٥	الفخار
١٣	٣٥	التيابورة	٢	٦	فينيسيا
٢	٣٦	أم	١٠	٧	حيث
٤	٣٦	قرب	١٥	٧	المنتجات
١٧	٣٧	الكوريال	١٦	٨	خاص
٦	٣٨	طيني	١٣	١٣	سنة
١١	٣٨	احتوائه	١٧	١٣	يشبه
١٢	٣٨	يرتبط	١٢	١٤	مسحوق
١٢	٣٨	يخزيء	١٨	١٤	خبث
١٢	٣٨	ارتباطاً	١٧	١٥	مع
١٣	٣٨	التفكير	٨	١٩	دهس
١٤	٣٨	الارتباط	١١	١٩	استخدم
١١	٤٠	الماغنسيوم	١٥	١٩	أصفت
١١	٤٠	أخديد	٧	٢٠	أخذت
١٢	٤١	بلدة	٥	٢١	استعدادات
٣	٤٢	الألبوسيت	٩	٢١	وجدت
١١	٤٢	مكعبات	١٣	٢٢	هذه
١٨	٤٢	الأوجيت	٢٠	٢٢	الباطية
٩	٤٣	الكاولينيت	٧	٢٤	تريعات
١٣	٤٣	الموتيموريللمونيت	٩	٢٥	فترة
١	٤٤	براق	٩	٣١	الجيرية
			١٢	٣٢	ألومينو

السطر	الصفحة	الكلمة	السطر	الصفحة	الكلمة
١٦	٥٩	البارياريت	١٧	٤٥	بنسلفانيا
١٨	٥٩	أورثوكليز	١٤	٤٦	مسحوقه
١٢	٦٠	الأليت	٥	٤٧	يوجد
١٧	٦٠	جزئيات	١٢	٤٧	الشروتيريت
١١	٦١	المقاومة	١٦	٤٧	»
٧	٦٢	انكساره	١٨	٥٢	التشغيل
١٤	٦٢	النوعى	٦	٥٣	الإردواز
١٨	٦٢	السيريا	٣	٥٤	سائل
١٨	٦٢	الرويديا	١٢	٥٦	النظام
٥	٦٤	جبل	١٤	٥٦	موازيا
٧	٦٥	يعتبر	١٤	٥٦	جزئيات
١٠	٦٥	استعماله	١٥	٥٦	تنتشر
٧	٦٦	»	٢	٥٧	الباهتة
١٥	٦٩	المتدلية	٤	٥٧	بريق
١١	٨٠	يصنع	١١	٥٧	انصهارها
٦	٧١	بظاهرة	١٢	٥٧	زجاجية
١٨	٧١	بلورات	١٤	٥٧	الذى
١٥	٧٤	الضوء	١٤	٥٧	المركز
١١	٧٧	الزياط	١٦	٥٧	الاستعمال
١٣	٧٧	ليستعمل	٤	٥٨	انكساره
١٤	٧٧	والخزف	٥	٥٨	الأورثوكليز
١٠	٧٨	الاسم	١٧	٥٨	محلول
١٤	٨٠	بنسلفانيا	١٨	٥٨	الميك
٢	٨٢	الماء	٢	٥٩	مدخن
١٠	٨٢	فيكب	٨	٥٩	التزجيج
١٠	٨٢	بكب	٨	٥٩	الآدولاديا

السطر	الصفحة	الكلمة	السطر	الصفحة	الكلمة
٧	١١٨	العروية	١٢	٨٣	بطيئة
٤	١١٩	العوام	١٨	٨٤	ثلاثة
٨	١١٩	بيت	١٢	٨٦	إلى خرزة
٦	١٢٢	ثاني	٣	٨٧	الفلوسبار
٦	١٢٢	تيمياً	٤	٨٧	اسم
١١	١٢٢	استمرار	٣	٩٠	جامع
٤	١٢٣	هذه	٣	٩٠	القلعة
١١	١٢٣	الترسيب	٧	٩٠	له بريق
١٣	١٢٣	الكاولين	١٣	٩١	ماء
٣	١٢٤	الغازات	٥	٩٢	الإضافية
١١	١٢٤	البجائيت	١٤	٩٢	الفلسبار
١٠	١٢٥	مليكات	١٦	٩٢	كولنته
٢	١٢٦	بقائها	١	٩٣	الزراط
٣	١٢٦	قسمين	١٢	٩٣	لصلادة
١٦	١٢٦	أماكن	١٤	٩٣	درجات
١٧	١٢٦	انتقال	٢	٩٤	المشغولات
١٢	١٢٧	ذكره	٤	٩٤	استعمال
١٥	١٢٧	تتجول	٥	٩٤	»
٧	١٢٨	هذه	٦	٩٤	ارتفاع
١٢	١٥٠	أثروتيل	١٩	٩٤	مسامية
٧	١٦٠	تستعمل	١	٩٥	التسوية
٢	١٩٧	الوزن	٩	٩٥	الصناعية
١٥	٢٠٢	طين	٧	٩٦	الاحتواء
٣	٢٠٣	الطين	١١	٩٦	احتمال
١٦	٢٣٩	الدقائق	١٢	٩٦	عائية
١٤	٢٤٠	قياس	١٤	٩٦	اللورند
١	٢٧٠	بترسيب	١٥	٩٦	اتحاد

